

**BAZI KNOEVENAGEL REAKSİYON ÜRÜNLERİNİN  
ELDESİ VE HAZIR KALIPLAMA BİLEŞENLERİNİN  
(SMC) YÜZEY GERİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ  
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ**

**Anıl TEZ**



T.C.  
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

**BAZI KNOEVENAGEL REAKSİYON ÜRÜNLERİNİN ELDESİ VE HAZIR  
KALIPLAMA BİLEŞENLERİNİN (SMC) YÜZEY GERİLİMLERİ  
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ**

**Anıl TEZ**  
0000-0001-9702-8349

Prof. Dr. Necdet COŞKUN  
(Danışman)

YÜKSEK LİSANS TEZİ  
ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI

BURSA – 2019  
Her Hakkı Saklıdır

## TEZ ONAYI

Anı TEZ tarafından hazırlanan "BAZI KNOEVENAGEL REAKSIYON ÜRÜNLERİNİN ELDESİ VE HAZIR KALIPLAMA BİLEŞENLERİNİN (SMC) YÜZEY GERİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ" adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından oy birliği ile Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı'nda **YÜKSEK LİSANS TEZİ** olarak kabul edilmiştir.

**Danışman:** Prof. Dr. Necdet COŞKUN

**Başkan :** Prof. Dr. Necdet COŞKUN

0000-0002-8464-9768

Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,  
Kimya Anabilim Dalı

İmza



**Üye :** Prof. Dr. Mustafa TAVASLI

0000-0002-9464-1111

Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,  
Kimya Anabilim Dalı

İmza



**Üye :** Prof. Dr. Ömer KOZ

0000-0002-2882-6811

Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa  
Bilimleri Fakültesi,  
Kimya Anabilim Dalı

İmza



Yukarıdaki sonucu onaylıyorum

Prof. Dr. Hüseyin Akşel EREN  
Enstitü Müdürü

22.12.2023



**B.U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmada;**

- tez içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu,
- başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu,
- atıfta bulunduğum eserlerin tümünü kaynak olarak gösterdiğimi,
- kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı,
- ve bu tezin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya başka bir üniversitede başka bir tez çalışması olarak sunmadığımı

**beyan ederim.**

**19/09/2019**

**Anıl TEZ**

## ÖZET

Yüksek Lisans Tezi

BAZI KNOEVENAGEL REAKSİYON ÜRÜNLERİNİN ELDESİ VE HAZIR  
KALIPLAMA BİLEŞENLERİNİN (SMC) YÜZEY GERİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ  
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

### Anıl TEZ

Bursa Uludağ Üniversitesi  
Fen Bilimleri Enstitüsü  
Kimya Anabilim Dalı

**Danışman:** Prof. Dr. Necdet COŞKUN

Bu çalışmada bir seri aromatik amin, benzilidenmalononitril ve fulven bileşik serilerinin SMC (hazır kalıplama bileşeni) yüzeyindeki adhezyon promotor etkileri araştırıldı. Bileşiklerden aromatik aminler ticari olarak temin edilirken diğerleri kendi laboratuvarımızda geliştirilmiş uygun yöntemler ile sentezlendi. Bileşikler hidrofobik SMC yüzeyine uygulandı ve yüzey karakteristiklerindeki değişimler ATR-FTIR spektroskopisi ile incelendi. Yüzey yapışma promotorları olarak kullanılan bileşiklerin etkinliklerini değerlendirmek için su damlası temas açısı ölçümleri gerçekleştirildi. Endüstride kullanılan standart prosedürlere uygun olarak boyanmış yüzeyler çapraz kesim testi ile test edildi. Test edilen ikincil aminlerin %91'i, benzilidenmalononitrillerin %50'si ve fulven bileşiklerinin %90'ı cam elyaf yüzeylere tutunmada mükemmel sonuç verdi. Birincil aromatik aminler testi geçemedi. Adhezyon artırma mekanizmasının açıklanması için, toluen (SMC'nin hidrofobik kısmını temsil eden) ve tereftalaldehit (SMC'nin polar di-ester kısmını temsil eden) ile yüzey modifiye edici bileşiklerin  $T_1$  durulma süreleri ölçüldü. Bu araştırmanın sunucunda, SMC'lerin boyama ön işlemlerinde endüstriyel olarak uygulanan yöntemlerin dezavantajlarını önlemeye hizmet edecekleri ortaya kondu.

**Anahtar Kelimeler:** Cam elyaf, yüzey modifikasyonu, yüzey tutunma promotoru, aromatik aminler, malononitril, fulven

**2019, xiii + 119 sayfa.**

## ABSTRACT

MSc Thesis

SYNTHESIS OF SOME KNOEVENAGEL REACTION PRODUCTS AS SURFACE ADHESION PROMOTORS FOR LOW SURFACE ENERGY SMCs.

**Anıl TEZ**

Bursa Uludağ University  
Graduate School of Natural and Applied Sciences  
Department of Organic Chemistry

**Supervisor:** Prof. Dr. Necdet COŞKUN

In this work series of aromatic amines, benzylidenemalononitriles and fulvenes were screened for their efficiencies as adhesion promotors for sheet molding compound (SMC) surfaces. The compounds from the aromatic amine series were commercially available while the others were prepared according to appropriate methods developed in our laboratory. The compounds were loaded on to the hydrophobic SMC surfaces and the surface characteristics changes were measured first by ATR-FTIR spectroscopy. To assess the efficiencies of the compounds used as surface adhesion promotors water droplet contact angle (WCAs) measurements were performed. The surfaces painted according to standard procedures used in industry were subjected to cross-cut tests. 91% of the secondary amines, 50 % of the benzylidenemalononitrile and 90% of the fulvene series tested were found to be excellent surface adhesion enhancers of fiberglass surfaces. The primary aromatic amines failed the test. To elucidate the mechanism of adhesion enhancement spin-lattice relaxation time (T1) measurements for representative compounds in contact with toluene (representing the hydrophobic part of SMC) and therephtalaldehyde (representing the polar di-ester part of SMC) were performed. Thus the results of this investigation will serve to avert the disadvantages of the industrially applied methods for pre-painting surface treatments of SMCs.

**Key words:** Fiberglass, Surface Modification, Surface adhesion promotors, aromatic amines, malononitrile, fulvene, SMC

**2019, viii + 119 pages.**

## ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR

Tez çalışmamda bilgisini, tecrübesini ve ilgisini samimiyetle esirgemeyen, saygıdeğer hocam Prof. Dr. Necdet COŞKUN'a en kalbi duygularla teşekkür eder, emeğinin kelime karşılıklarının kifayetsiz kalacağını belirterek teşekkürlerimi sunarım.

Tez çalışmalar süresince benden desteğini esirgemeyen başta eşim Merve Aşkın Tez olmak üzere annem Müzeyyen Tez ve babam İbrahim Tez'e teşekkürlerimi sunarım.

Eğitim hayatım boyunca bana destek vermiş tüm Uludağ Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyelerine teşekkürlerimi sunarım.

Çalışma kapsamında endüstriyel uygulamaların yapılmasında yardımlarını esirgemeyen TCM Otomotive ve projeye destek veren KOSGEB'e teşekkürlerimi sunarım.

Anıl TEZ  
19/09/2019

## İÇİNDEKİLER

	Sayfa
ÖZET.....	i
ABSTRACT.....	ii
ÖNSÖZ VE/VEYA TEŞEKKÜR.....	iii
İÇİNDEKİLER .....	iv
SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ .....	v
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	vi
ÇİZELGELER DİZİNİ .....	viii
1. GİRİŞ .....	1
2. KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK ÖZETLERİ .....	3
2.1. Knoevenagel Reaksiyonları .....	3
2.1.1. $\alpha,\beta$ -Doymamış dikarboksilik asit türevlerinin sentezleri ve uygulamaları .....	3
2.1.2. Fulvenlerin sentezi ve uygulama alanları.....	13
2.2. SMC Yüzeylerinin Boyanabilmesi İçin Yapılmış Çalışmalar .....	20
2.3. Adhezyon .....	21
2.4. Kovalent Olmayan Etkileşimler.....	21
2.4.1. Hidrojen bağları .....	21
2.4.2. İyon-iyon etkileşimi .....	21
2.4.3. Dipol-dipol etkileşimi .....	22
2.4.4. $\pi$ - $\pi$ etkileşimi.....	22
2.5. NMR ve Durulma Süreci .....	24
2.5.1. NMR $T_1$ durulma süresi .....	25
2.5.2. NMR $T_2$ durulma süreci .....	25
2.6. NMR T1 Deneyi Uygulamaları.....	25
2.7. SMC ve Boyanma Sorunları .....	26
2.8. SMC Boyanma Sorunu Çözümleri.....	27
3. MATERYAL .....	30
3.1. Materyal .....	30
3.1.1. Nükleer manyetik rezonans spektroskopisi.....	30
3.1.2. İnfrared spektroskopisi.....	30
3.1.3. Temas açısı ölçümü.....	30
3.1.4. Adhezyon test cihazı .....	31
3.1.5. Cross-Cut testi.....	31
3.1.6. Çalışmada kullanılan kimyasallar .....	32
3.2. Yöntem .....	33
3.2.1. Ylidenmalononitrillerin sentezleri: .....	33
3.2.2. Fulvenlerin sentezleri,.....	38
3.3. Yüzeylerin Hazırlanması ve Test Edilmesi.....	41
4. BULGULAR VE TARTIŞMA .....	42
5. SONUÇ .....	64
KAYNAKLAR .....	67
EKLER.....	70
EK 1 SMC ÜZERİNDEN FTIR SPEKTRUMLARI.....	71
EK 2 BOYA ÜZERİNDEN FTIR SPEKTRUMLARI.....	92
EK 3 BİLEŞİKLERİN KARAKTERİSTİK SPEKTRUMLARI.....	98
ÖZGEÇMİŞ .....	119



## SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ

<b>Simgeler</b>	<b>Açıklama</b>
Å	Angstrom
°	Derece
g	Gram
MHz	Megahertz
µm	Mikrometre
µm <sup>2</sup>	Mikrometre kare
mL	Mililitre
mm	Milimetre
os	Oda sıcaklığı
sa	Saat
°C	Santigrat Derece
%	Yüzde

<b>Kısaltmalar</b>	<b>Açıklama</b>
AF	Açıl fulven
MeCN	Asetonitril
CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	Diklorometan
DMSO	Dimetil sülfoksit
DOSY	Diffusion-ordered Spektroskopi
EÇG	Elektron çekici grup
EDDA	Etilen diamonyum diasetat
EDS	Enerji Dispersiv X-ışını Spektroskopisi
FTIR	Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi
HMAF	Hidroksimetilaçilfulven
ITK	İnce Tabaka Kromatografisi
Kat	Katalizör
CHCl <sub>3</sub>	Kloroform
MeOH	Metil Alkol
ME	Moleküler Elek
NMR	Nükleer Manyetik Rezonans
SMC	Sheet Moulding Compound (Hazır Kalıplama Bileşeni)
SEM	Taramalı Elektron Mikroskobu
THF	Tetrahidrofur
PhCH <sub>3</sub>	Toluen
TPP	Trifenil Fosfin
UV	Ultra Viyole
[bmim]	1-butil-3-metilimidazolyum

## ŞEKİLLER DİZİNİ

	Sayfa
Şekil 2.1. Aldehit veya ketonlarla dietil malonatın kondenzasyon reaksiyonu .....	3
Şekil 2.2. Hann ve Lapworth Knoevenagel reaksiyon mekanizma önerisi.....	4
Şekil 2.3. Çözücü değişimi ile (E)/(Z)-nitro alken sentezlerinde diastereo kontrol.....	5
Şekil 2.4. TPP katalizörlüğünde Knoevenagel reaksiyonu .....	5
Şekil 2.5. TPP katalizörlüğünde gerçekleşen reaksiyonun mekanizması .....	6
Şekil 2.6. İndium katalizli Knoevenagel kondenzasyonu .....	7
Şekil 2.7. İyonik sıvı içerisinde Knoevenagel kondenzasyonu.....	7
Şekil 2.8. gem-dibromometilaren ile malonik asit kondenzasyonu .....	8
Şekil 2.9. gem-dibromometilaren ile karboksilik asit kondenzasyonu mekanizması .....	9
Şekil 2.10. MeOH-H <sub>2</sub> O içerisinde pirrolidin katalizli ylidenmalononitril sentez şeması.	9
Şekil 2.11. Aprotik solvent içerisinde katalizörsüz Knoevenagel reaksiyonu .....	10
Şekil 2.12. sec-Amin katalizörlüğünde Knoevenagel reaksiyonu .....	11
Şekil 2.13. (Z)-nitro alkenlere enantiyo seçici organo çinko (dimetil çinko) katılması .	12
Şekil 2.14. (R)-N-((S)-3-(4-(benzyloxy)phenyl)-1-(diethylamino)-1-oxopropan-2-yl)-2- (((E)-2-(diphenylphosphaneyl)benzylidene)amino)-3,3-dimethylbutanamide (Ligant).	12
Şekil 2.15. Kumarin yapısı.....	12
Şekil 2.16. Pentafulvenin atom numaralandırılması .....	13
Şekil 2.17. Geleneksel Pentafulven sentezleri gösterimi .....	15
Şekil 2.18. Fulven sentezi şeması .....	16
Şekil 2.19. Erden ve Coşkun sentez mekanizması.....	17
Şekil 2.20. Katalitik çevrimde çözücü etkisi.....	18
Şekil 2.21. (E)-3,3'-di(cyclopenta-2,4-dien-1-ylidene)-2,2'-biindolinylidene sentezi ....	19
Şekil 2.22. İlludin ve fulven türevleri .....	20
Şekil 2.23. Aren-aren ve aren katyon etkileşimler.....	22
Şekil 2.24. Halka kutuplanması ve kutuplanma sonucu etkileşimler.....	23
Şekil 2.25. Çekirdek durulma gösterimi .....	25
Şekil 2.26. İyonik sıvı içerisindeki katyon ve anyonlar .....	26
Şekil 2.27. Organo silanların hidrolizi .....	29
Şekil 3.1. Çapraz kesim karşılaştırma tablosu .....	31
Şekil 3.2. Ylidenmalononitrillerin sentez şeması.....	33
Şekil 3.3. Fulven sentezi genel gösterimi.....	39
Şekil 3.4. Çalışmada takip edilen uygulama şeması .....	42
Şekil 4.1. Arilamin bileşiklerinin SMC üzerinden FTIR-ATR spektrumları.....	44
Şekil 4.2. İşlem görmemiş SMC yüzeyinin SEM görüntüsü .....	45
Şekil 4.3. YM-1 ile modifiye edilmiş SMC yüzeyinin SEM görüntüsü .....	46
Şekil 4.4. İşlem görmemiş SMC yüzeyinin EDS spektrumu .....	46
Şekil 4.5. YM-1 ile modifiye edilmiş SMC yüzeyinin EDS spektrumu.....	47
Şekil 4.6. Diarilamin bileşiklerinin SMC üzerinden FTIR-ATR spektrumları.....	47
Şekil 4.7. Diarilaminler ile SMC arasındaki $\pi$ - $\pi$ etkileşim ve Boya ile Michael Katılması .....	49
Şekil 4.8. Doymamış polyester ile YM-20 arasındaki etkileşimin gösterimi .....	52
Şekil 4.9. Aldehit ile YM-20 arasındaki etkileşimin gösterimi .....	53
Şekil 4.10. Ölçümü yapılan protonların sıcaklık ile $T_1$ süresi değişimleri grafiği .....	55
Şekil 4.11. Toluen ile YM-20 arasındaki etkileşimin gösterimi .....	56
Şekil 4.12. Aldehit ile YM-20 arasındaki etkileşimin gösterimi .....	57
Şekil 4.13. YM-20 bileşiğinin DMSO-d <sub>6</sub> içerisindeki DOSY sonucu.....	59

	<b>Sayfa</b>
Şekil 4.14. Toluen bileşiminin DMSO-d <sub>6</sub> içerisindeki DOSY sonucu .....	59
Şekil 4.15. Toluen ve YM-20 bileşiklerinin DMSO-d <sub>6</sub> içerisindeki DOSY sonucu .....	60
Şekil 4.16. YM-12 FTIR-ATR spektrumu .....	61
Şekil 4.17. YM-12'nin boya üzerinden FTIR-ATR spektrumu .....	61
Şekil 4.18. YM-13'nin SMC yüzeyindeki FTIR-ATR spektrumu .....	62
Şekil 4.19. Doymamış polyester ile Fulven arasındaki etkileşimin gösterimi .....	63

## ÇİZELGELER DİZİNİ

### Sayfa

Çizelge 2.1. Yüzey işlemleri çizelgesi .....	20
Çizelge 2.2. Volvo Car SMC Formülasyonu .....	27
Çizelge 2.3. MAN-Truck LP-SMC Genel Formülasyonu .....	28
Çizelge 4.1. Arilamin bileşikleri formül tablosu.....	43
Çizelge 4.2. Arilamin grubu test sonuçları tablosu .....	43
Çizelge 4.3. Diarilamin bileşikleri formüller tablosu.....	48
Çizelge 4.4. Diarilamin grubu test sonuçları tablosu .....	49
Çizelge 4.5. Ylidenmalanonitril bileşikleri formül tablosu.....	50
Çizelge 4.6. Ylidenmalanonitril bileşik serisi test sonuçları ve Hammet sabitleri .....	51
Çizelge 4.7. Farklı sıcaklıklardaki tereftalaldehit protonlarının durulma süreleri .....	52
Çizelge 4.8. Farklı sıcaklıklardaki YM-20 protonlarının durulma süreleri .....	53
Çizelge 4.9. Farklı sıcaklıklardaki YM-20 ve aldehit karışımının protonları durulma süreleri.....	54
Çizelge 4.10. Aldehit ve YM-20 ile karışım halindeki pik kaymaları ve durulma süreleri % değişimleri .....	54
Çizelge 4.11. Farklı sıcaklıklardaki toluen protonlarının durulma süreleri .....	55
Çizelge 4.12 Saf tolüen ve YM-20'nin karışım halinde durulma süreleri .....	56
Çizelge 4.13. Saf toluen ve YM-20 ile karışım halindeki durulma süreleri % değişimleri .....	56
Çizelge 4.14. Farklı sıcaklıklardaki YM-11 protonlarının durulma süreleri .....	57
Çizelge 4.15. Farklı sıcaklıklardaki YM-11 ve aldehit karışımının protonları durulma süreleri.....	58
Çizelge 4.16. Aldehit ve YM-11 ile karışım halindeki pik kaymaları ve durulma süreleri % değişimleri .....	58
Çizelge 4.17. Fulven bileşik serisi test sonuçları .....	63
Çizelge 5.1. DYO boya yapışma test sonuçları .....	65

## 1. GİRİŞ

SMC (Sheet Moulding Compound) son derece dolgulu, cam elyaf takviyeli termoset malzemelerdir. Bu malzemeler otomotiv endüstrisi dahil pek çok alanda kullanılırlar. SMC malzemeler geleneksel çelik malzemelerden sadece daha hafif olmaları ile değil aynı zamanda daha iyi sertlik ve kırılmaya karşı olan dirençleri ile de üstünlük gösterirler; ancak SMC malzemelerin akrilat bazlı boyalar ile boyanmaları sırasında bazı problemler ile karşılaşılır. Sahip oldukları poroziteden dolayı hapsedmiş oldukları bazı uçucu türler kurutma işlemi sırasında boya kabarcıkları oluşmasına sebep olurlar. Bu türden kusurların giderilmesi ilave kaynak harcanmasını gerektirir (Trey ve ark. 2009).

Genel süreç olarak hamur halinde hazırlanan SMC istenen şekle uygun tasarlanmış kalıp içerisine önceden belirlenen gramajda kesilip yerleştirilir. Planlanan süre ve basınçta kalıp kapatılarak pişirme gerçekleştirilir ve kalıptan çıkarılır. Boyama öncesi yüzey gerilimi arttırmak ve boyaya tutunma yüzeyi oluşturmak için SMC yüzeyleri zımparalanır. Zımpara sonrası parçalar astarla kaplanır ve ardından boyanır. Zımpara işlemleri el emeği ile yapıldığından işletmemin üretim hızını belirleyen süreçtir (Trauth ve Weidenmann 2018).

SMC yüzeyi UV kurutmalı kaplamalar ile kaplanarak gaz çıkışı engellenebilmektedir ancak SMC parçaya tutunmaları oldukça zayıftır. Bu zayıf tutunma SMC yüzeyinin düşük yüzey geriliminden kaynaklanmaktadır. Bu yüzey geriliminin yükseltilmesi için ön yüzey işlemleri uygulanmaktadır. (Trey ve ark. 2009).

SMC malzemelerin yüzeylerinin kimyasal korozyon, mekanik korozyon ve plazma ile işlenmesiyle apolar yüzeyde polar gruplar oluşturulmaktadır (Park ve Mukherjee 1998). Çokça kullanılan bu yöntemler sonucu ortama uçucu parçacıkların bulaşmasının önüne geçilememektedir.

Boyama sonrası oluşan yüzeydeki kabarmaları giderebilmek için dolgu astarı, zımpara veya alevle yüzey yakma uygulanabilen yöntemlerdendir (Gedan-Smolka ve ark. 2011) ancak bu yöntemler fazlaca enerji ve zaman harcanmasını gerektirmektedir.

SMC parçaların dekoratif boyanmasında elektrostatik boyaların kullanılabilmesi için iletken yüzeye ihtiyaç vardır. Yüzeye uygulanacak astarın çözücüsüz olması boyama süreci açısından son derece önemlidir. Tasarlanan astarda polimerize edilebilir bileşen, foto-başlatıcı bileşen ve iletken bileşen kullanılmaktadır ve akrilat içerisinde karıştırılmaktadır. Polimerize edilebilir bileşen olarak monoakrilat, diakrilat, triakrilat, poliakrilatlar, ürethan akrilatlar ve polyester akrilatlar kullanılabilir. Bu yöntemin uygulanabilir olması için parça yüzeylerinin oldukça temiz olması gerekmektedir (WO01/45936) ancak sanayii ortamında parça yüzeylerini temiz tutmak oldukça zordur.


Yapılan tüm çalışmalarda soruna tam olarak çözüm sağlanamamıştır. Sonuca ulaşan çalışmalarda kaynak kullanımı çok yüksektir. Bu nedenle hızlı ve ekonomik bir yöntem ile çözüm bulunması gerekliliği görülmektedir.

## 2. KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK ÖZETLERİ

### 2.1. Knoevenagel Reaksiyonları

#### 2.1.1. $\alpha,\beta$ -Doymamış dikarboksilik asit türevlerinin sentezleri ve uygulamaları

Knoevenagel reaksiyonu bir aldehit veya ketonun aktif bir metilen bileşiği ile kondenzasyonudur (Knoevenagel 1894).

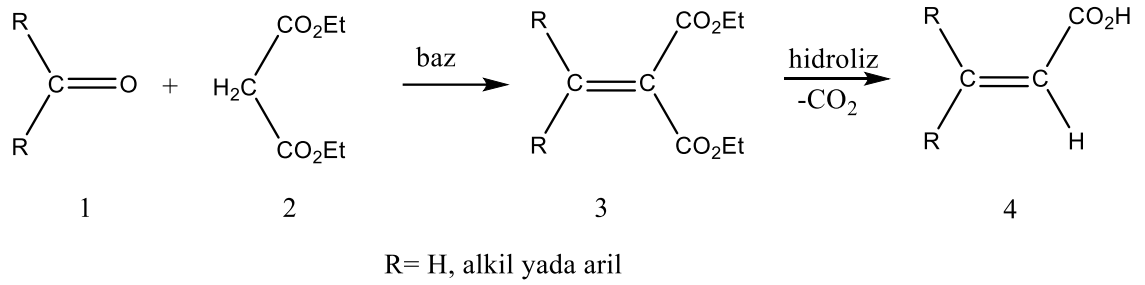


**Şekil 2.1.** Aldehit veya ketonlarla dietil malonatın kondenzasyon reaksiyonu

Knoevenagel yaptığı çalışmada bir aldehit veya keton (1) ile bir malonik ester (2) reaksiyonu sonucunda  $\alpha,\beta$ -doymamış dikarboksilik ester (3) elde etmiştir (Şekil 2.1.). Reaksiyon devamında ortama asit eklenmesi ya da ortamın ısıtılması ile hidroliz ve dekarboksilasyon gerçekleşmektedir (4).

Daha sonrasında başka aldehitlerinde dietil malonat, etil benzoilasetat, etil benzoilpurivat ve asetilaseton ile kondenzasyon reaksiyonu verdiği rapor edilmiştir (Jones 2011).

Knoevenagel, mekanizma önerisinde aldehit veya ketonların organik baz, amonyak veya bunların tuzları ile aktiveleştirilmiş metilen grubu içeren herhangi bir bileşik ile reaksiyon vermesidir. Metilen grubunun aktivasyonu nitro, siyano veya açıl gibi elektron çekici bir grubun doğrudan bulunmasıyla sağlanmaktadır. Genelde tam aktivasyon sağlamak için süstitüent olarak iki elektron çekici grubun bulunması aktivasyon için gerekmektedir. (Jones 2011).

Sonrasında yapılan çalışmalarda alternatif bir mekanizma önerilmiştir. Bu öneri Şekil 2.2’te gösterildiği gibi metilen gurubunun baza proton vermesiyle oluşan karbanyon (2) doğrudan aldehit karbonuna bağlanmaktadır. Oluşan ara ürün proton alarak keto enol oluşturur (4). Su eliminasyonu ile Knoevenagel ürünü oluşmaktadır (5) (Hann ve Lapworth 1904).

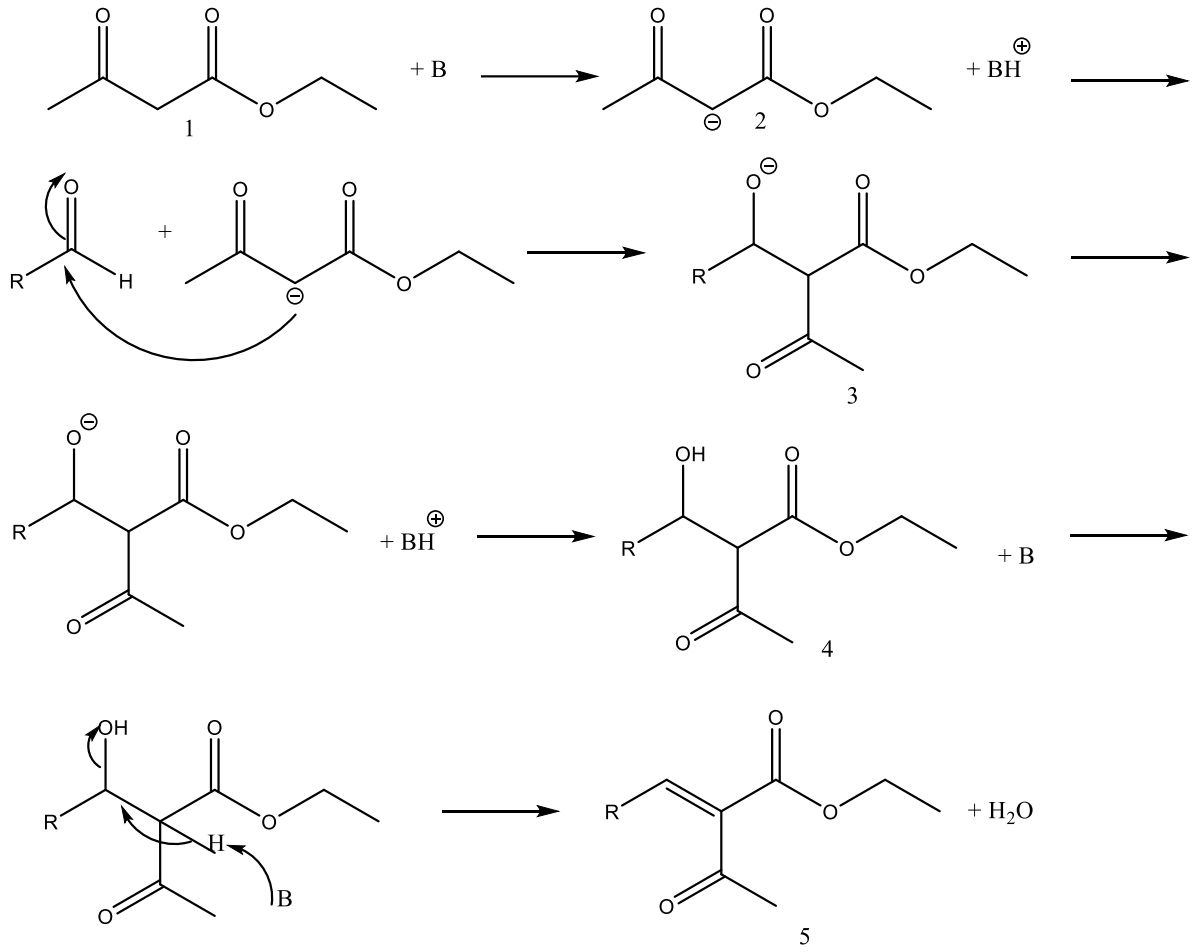


**Şekil 2.2.** Hann ve Lapworth Knoevenagel reaksiyon mekanizma önerisi

### **(E)/(Z)-nitro alken sentezi**

Yapılan çalışmada alifatik aldehitin, piperidin veya benzeri bir katalizör varlığında nitro alkan ile reaksiyonunun oldukça verimli olduğu tartışılmıştır. Reaksiyon koşullarında Şekil 2.3’te gösterildiği gibi (E)- ve (Z)-nitro alken sentezi stereo kimyasal olarak kontrol edilebilmiştir (Fioravanti ve ark. 2008).




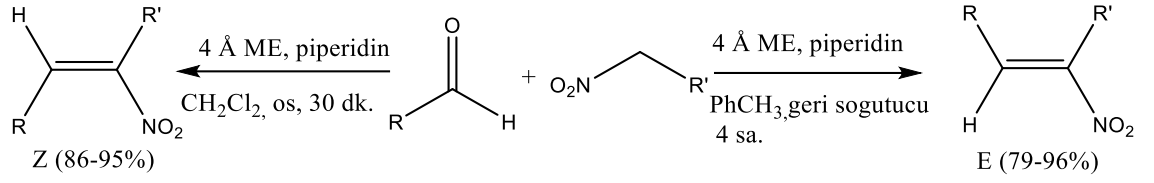

**Şekil 2.3.** Çözücü değişimi ile (E)/(Z)-nitro alken sentezlerinde diastereo kontrol


### Fosfin katalizli aldehit ile malonitril reaksiyonu

Şekil 2.4'deki genel gösterimi verilen malonitril ve etil siyanoasetat gibi aktif metilen grubu içeren bileşiklerin aromatik, heterosiklik ve alifatik aldehitler ile trifenilfosfin-(TPP) katalizörlüğündeki reaksiyonu incelenmiştir.

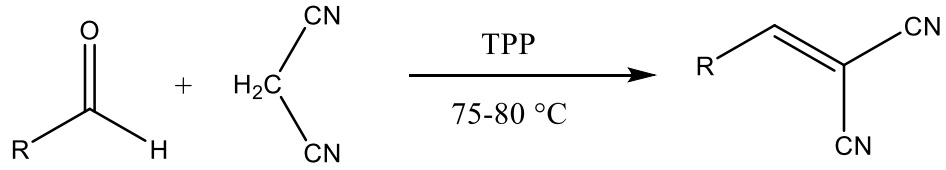

**Şekil 2.4.** TPP katalizörlüğünde Knoevenagel reaksiyonu

Bu çalışmada elektronca zengin ve eksik aldehitler denenmiştir. Elektronca eksik aldehitler durumunda reaksiyon daha verimli olmuştur. Heterosiklik aldehitler aril ya da alifatik aldehitlere göre daha yüksek verim ile ürün vermiştir. En düşük verim alifatik aldehitlerde elde edilmiştir. Bu çalışmada TPP'nin katalizör olarak görevi şemadaki gibidir. TPP'nin aldehite (1) nükleofilik katılması sonucu oluşan dipolar ara ürün (2) bir baz olarak etilsiyanoasetatın (3) hidrojenlerinden birisini koparır. Protonlanmış aldehit (5) ve enolat (6) aldol reaksiyonu veririr (7).  $\beta$  eliminasyonu sonucu  $\alpha,\beta$ -doymamış dikarbonil (8) oluşturur.

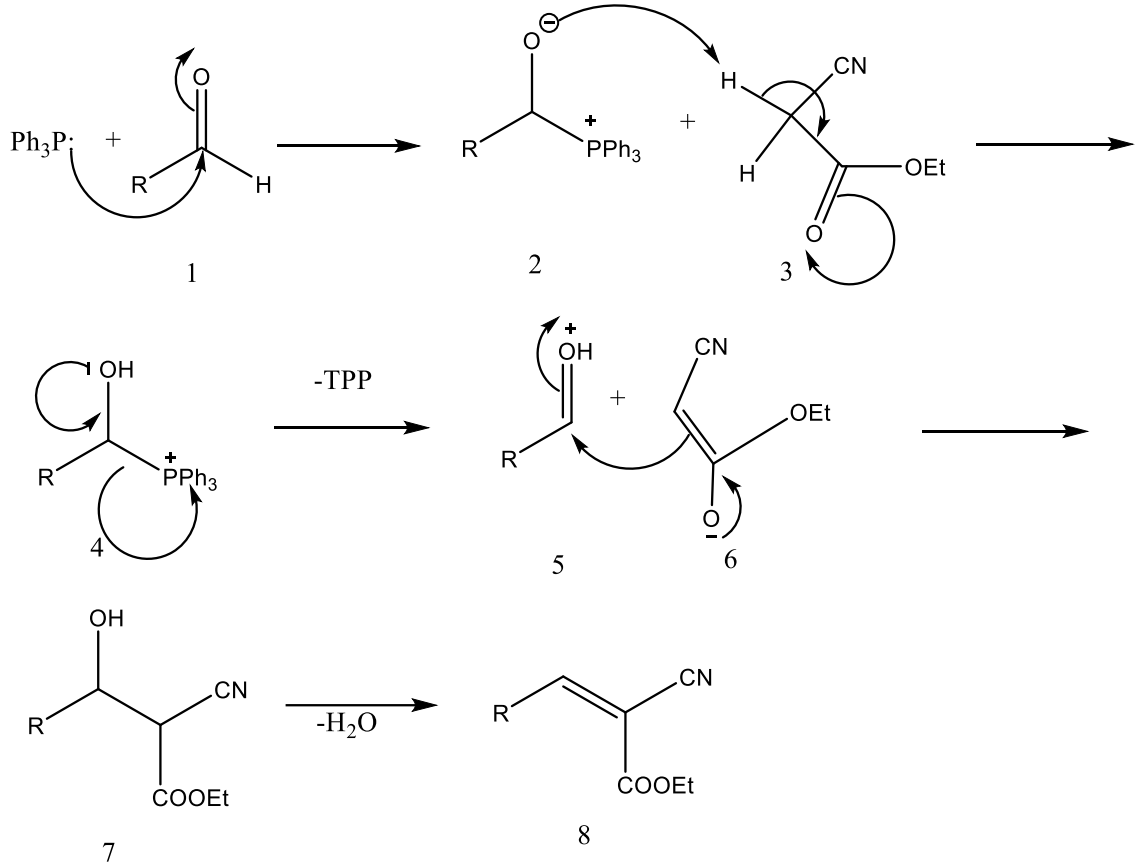


**Şekil 2.5.** TPP katalizörlüğünde gerçekleşen reaksiyonun mekanizması

Prosedür olarak aldehit (5 mmol), malononitril (6,5 mmol) ve trifenilfosfin (molce %20) karıştırılarak 75-80°C'ye ısıtılmıştır. TLC ile takip edilen reaksiyon su ve etil asetat ile ekstrakte edilmiştir. Organik faz derişimi çözücü uçurularak artırılmış ve silika jel kolonu ile ayırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon sonucunda yapılan incelemeler ile reaksiyon mekanizması Şekil 2.5'de gösterildiği gibi önerilmiştir (Yadav ve ark. 2004).

### İndium (III) katalizli Knoevenagel kondenzasyonu

Toluen içerisinde benzaldehit ile dimetil malonat reaksiyonu Şekil 2.6'de gösterildiği gibidir. Reaksiyonda InBr<sub>3</sub> (molce %10) kullanıldığında ve reaksiyon 60 °C'de 8 saat karıştırıldığında verim %3 olabilmektedir. Ortama birincil amin olan 2-aminoetanol eklendiğinde reaksiyon verimi %61, asetik anhidrit reaksiyon ortamına eklendiğinde ise

reaksiyon verimi %89 olmuştur. Katalizör olarak  $\text{InCl}_3$  en verimli katalizör olarak bulunmuştur.

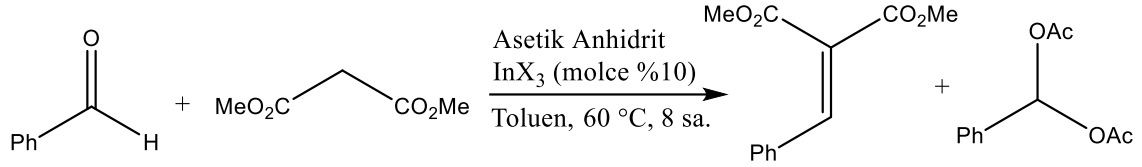


**Şekil 2.6.** İndium katalizli Knoevenagel kondenzasyonu

Solvent olarak  $\text{CHCl}_3$ ,  $\text{CH}_3\text{CN}$ ,  $\text{CH}_3\text{OH}$  ve THF denenmiş ancak kayda değer bir değişim tespit edilmemiştir (Ogiwara ve ark. 2015).

### İyonik sıvı içerisinde etilendiamonyum diasetat katalizli Knoevenagel kondenzasyonu

Yapılan çalışmada Şekil 2.7'deki gibi benzaldehit ve etil siyanoasetat etilendiamonyum diasetat (EDDA) iyonik sıvı ( $[\text{bmim}]\text{BF}_4$  veya  $[\text{bmim}]\text{PF}_6$ ) içerisinde çözülmüştür. Elektron çekici grup burada  $-\text{CO}_2\text{Et}$ ,  $-\text{COCH}_3$  veya  $-\text{CN}$  olabilmektedir. Reaksiyon oda sıcaklığında 1 saatte tamamlanmıştır. Süre sonunda ürün dietileter ile ekstrakte edilmiştir. Ekstrakte edilen ürün kristallendirme veya kolon kromatografisi ile saflaştırılmış ve vakum altında kurutulmuştur. Saflaştırma sırasında iyonik sıvı ve EDDA geri kazanılarak tekrar kullanılmıştır.

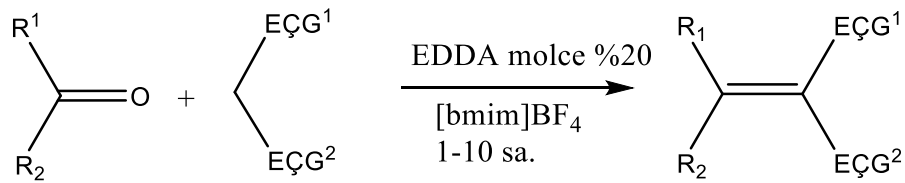


**Şekil 2.7.** İyonik sıvı içerisinde Knoevenagel kondenzasyonu

Reaksiyonlar geleneksel çözücüler ( $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ , MeCN, PhMe, MeOH) içerisinde gerçekleştirildiğinde reaksiyon süreleri iyonik sıvılara oranla çok daha uzun sürdükleri

gösterilmiştir. Çeşitli sübstituent taşıyan aromatik ve alifatik aldehitlerin geliştirilen yöntemde yer alabilecekleri gösterilmiştir (Su ve ark. 2003).


### **gem-Dibromometilarenlerin $\alpha,\beta$ -doymamış karboksilik asitler ile kondenzasyonu**

Çalışmada kolayca bulunabilen benzal bromür ile başlanmıştır. 1 mol benzal bromüre karşılık ortama 2 mol malonik asit, susuz piridin katalizörlüğünde piperidin içerisinde eklenerek karıştırılmıştır (Şekil 2.8). 1,5 saat sonunda kristallendirme ile sinamik asit %93 verimle izole edilmiştir. Reaksiyon piperidin içerisinde sinamik asit türevleri ile tekrar edildiğinde piperidin içerisinde ürünlerin yüksek verimler ile elde edildiği rapor edilmiştir.

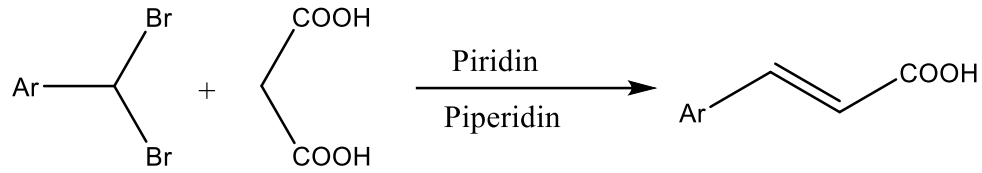

**Şekil 2.8.** gem-dibromometilaren ile malonik asit kondenzasyonu


Reaksiyon için önerilen mekanizma Şekil 2.9’de gösterildiği gibidir. 1 mol bromometilaren (1) ilk etapta izole edilemeyen piridinyum bromür (2) ara ürününe dönüştüğü, bunun üzerine malonik asit ilave edilmesiyle piridinyum gruplarından birisi üzerinden gerçekleşen S<sub>N</sub>2 reaksiyonu bu şekilde oluşan ara ürünün (3) dekarboksilasyonu sinamik asit (4) vermektedir.

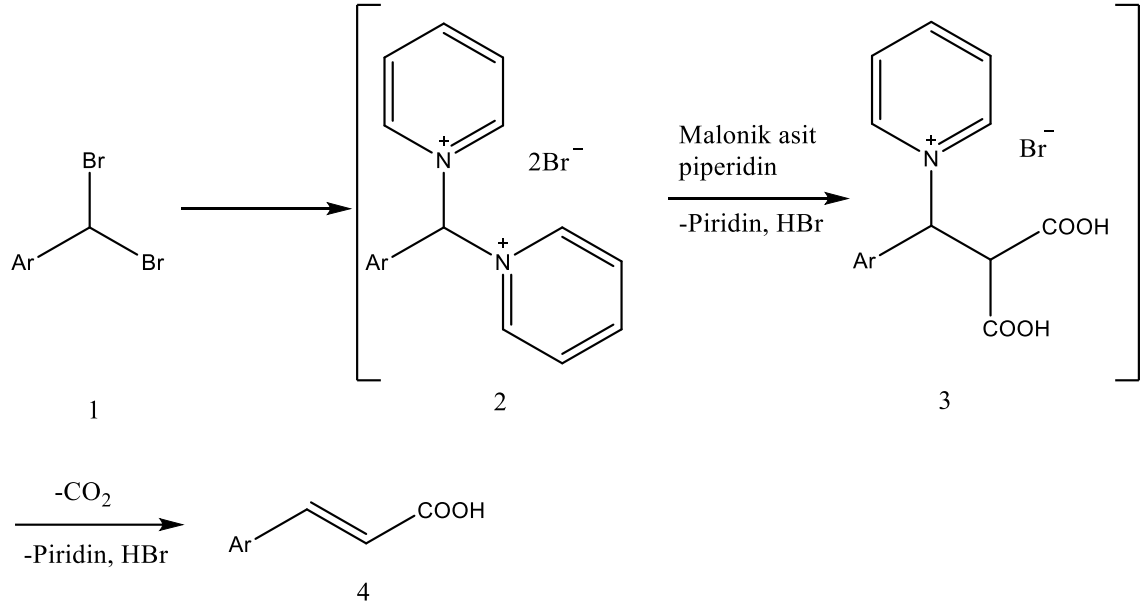

**Şekil 2.9.** gem-dibromometilaren ile karboksilik asit kondenzasyonu mekanizması

### Metil alkol/su karışımında Knoevenagel kondenzasyonu


Yapılan çalışmada kinetik çalışmalar ile ylidenmalononitril çeşitliliğinin sentezi için bir yöntemin yolunu açmıştır. Bir dizi aromatik aldehitler MeOH/su karışımlarında eşdeğer miktarda malononitril ile reaksiyona sokulmuştur. Ürünler reaksiyon ortamında kristellenmektedir ve basitçe vakum altında süzülerek vakumlu fırında kurutulmuştur. Reaksiyon ürünleri yüksek verimde izole edilmiştir (Koz ve Coşkun).

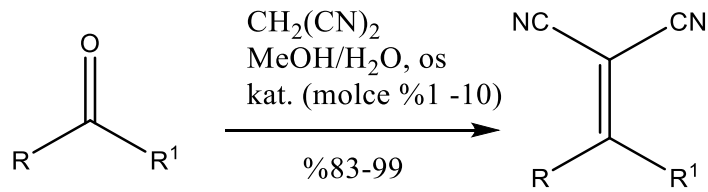

**Şekil 2.10.** MeOH-H<sub>2</sub>O içerisinde pirolidin katalizli ylidenmalononitril sentez şeması


Genel prosedür olarak (Şekil 2.10) aldehit (5 mmol) ve malononitril (5 mmol) MeOH/H<sub>2</sub>O (4 mL 3/1) içerisine pirolidin (0,0355g, molce %10) ilave edilmiştir. Reaksiyon sonunda katı olarak çöken ürünler süzölmüş ve soğuk MeOH:H<sub>2</sub>O karışımı ile yıkanmış ve vakum altında kurutulmuştur.

Koz ve Coşkun Şekil 2.11’de gösterilen katalizörsüz aprotik solvent içinde Knoevenagel reaksiyon mekanizması önermişlerdir.

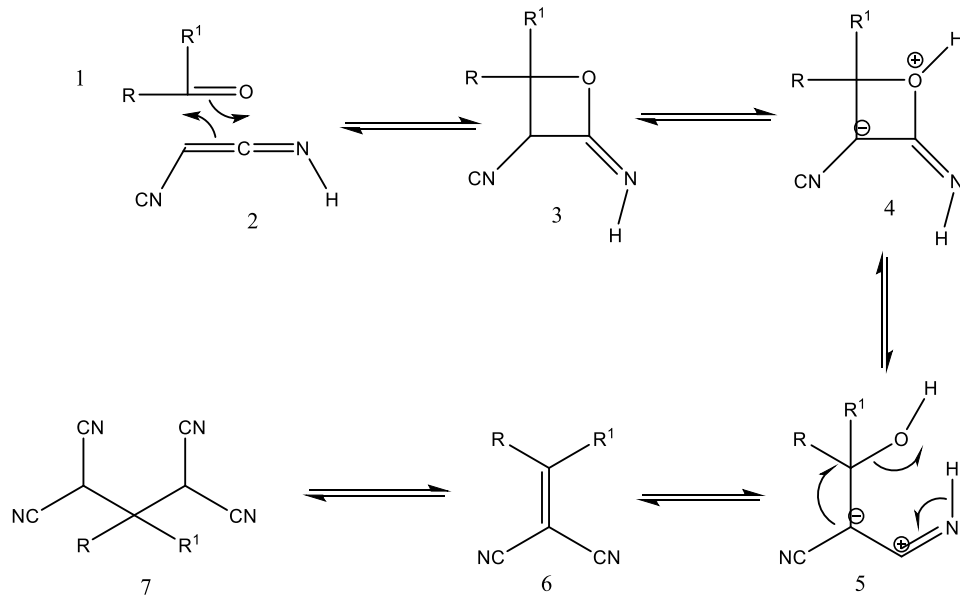

**Şekil 2.11.** Aprotik solvent içerisinde katalizörsüz Knoevenagel reaksiyonu

Reaksiyon ikincil amin katalizörlüğünde gerçekleştirildiğinde ise Şekil 2.12’te gösterilen mekanizma önerilmiştir (Koz ve Coşkun). Katalizör ilk olarak iminoazetinyum (3) elde etmek için karbonil ile iminyumun [2 $\pi$ -2 $\pi$ ] siklizasyonu ile iminyum oluşturmaktadır. Sonrasında deprotonlama ile halka açılmaktadır.

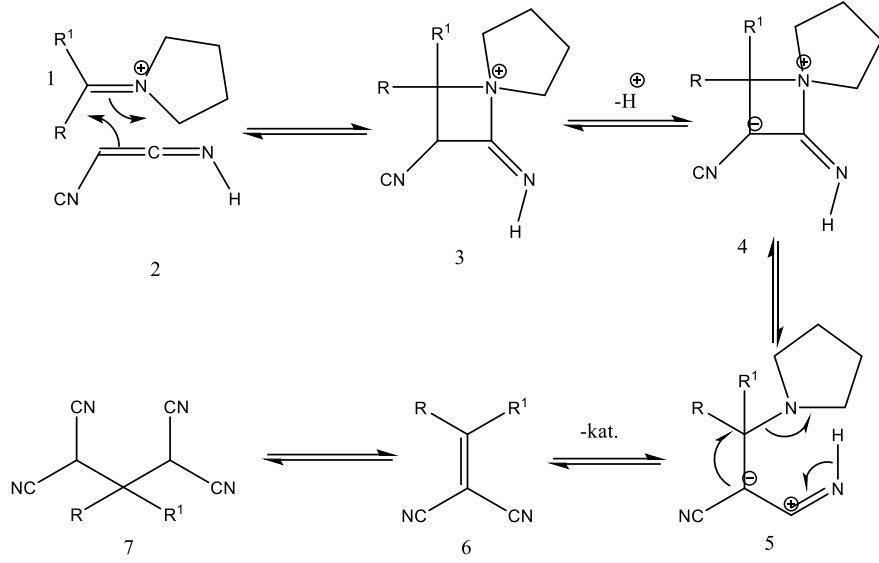


**Şekil 2.12.** sec-Amin katalizörlüğünde Knoevenagel reaksiyonu


### **Knoevenagel reaksiyon ürünlerinin önemi ve kullanımı**

Knoevenagel reaksiyonları elektron eksikliği olan olefinlerin sentezlerinde önemli sentetik yöntemdir. Kozmetik ve ilaç ara ürünlerinin eldesinde Knoevenagel reaksiyonları kullanılmaktadır. Reaksiyon ürünlerinin önemli çoğunluğu biyolojik aktiviteye sahip olduğundan Knoevenagel ürünlerine ilgi her geçen gün daha da artmaktadır. Reaksiyon ürünleri arasında anyonik polimerizasyon için önemli monomerlerin yanı sıra halkalaşma reaksiyonları için faydalı ara ürünler de bulunmaktadır (Kalbasi ve ark. 2011, Tahun 1949).

(Z)-Nitro alkenler genelde ileri reaksiyonlarda kullanılmaktadır. Nitroalkenler konformasyonlarına bağlı olarak E bir kirale ligant (Şekil 2.14) beraberinde enantiyo seçici Michael katılmaları verdikleri (Şekil 2.14.) gösterilmiştir (Zeng ve ark. 2014). Burada R<sup>1</sup> hidrojenken R<sup>2</sup> hidrojen harici herhangi bir sübtitüent olabilmektedir.

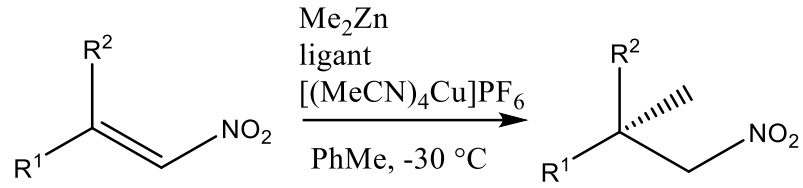


**Şekil 2.13.** (Z)-nitro alkenlere enantiyo seçici organo çinko (dimetil çinko) katılması

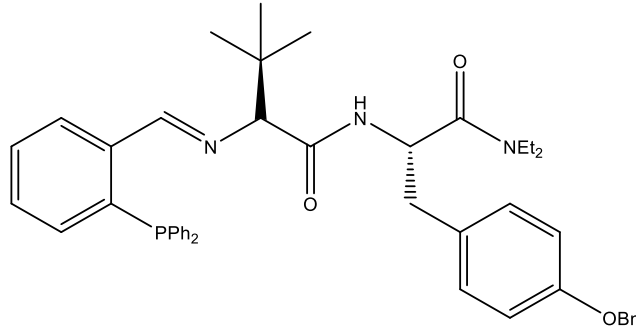

**Şekil 2.14.** (R)-N-((S)-3-(4-(benzyloxy)phenyl)-1-(diethylamino)-1-oxopropan-2-yl)-2-(((E)-2-(diphenylphosphaneyl)benzylidene)amino)-3,3-dimethylbutanamide (Ligant)

Kumarin (Şekil 2.15.); parfüm, kozmetik ve ilaç endüstrisi için oldukça önemli organik yapıdır. Birçok kumarin türevi PUVA (psoralen pozitif ultraviyole-A-radyasyon) terapisinde kullanılmaktadır. Ayrıca kumarin türevleri güneş paneli malzemelerinde kullanılmaktadır (Harishkumar ve ark. 2011).

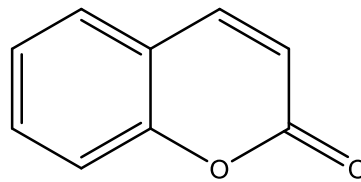

**Şekil 2.15.** Kumarin yapısı


Metil-tieno-9-azokumarin sedef hastalığı, mikoz fungoidleri, liken planus ve benzeri cilt hastalıklarında lenfoma gibi T şeklinde hücrelerin immün sistemiyle ilgili bozuklukların tedavisinde kullanılmaktadır (Via ve ark. 2002).



### 2.1.2. Fulvenlerin sentezi ve uygulama alanları

Fulvenler, benzersiz elektronik, spektroskopik ve kimyasal özelliklere sahip önemli bir konjuge olefin sınıfı oluşturur. Fulven sentezleri Thiele tarafından 1900 yılında rapor edilmiştir. Çalışmada aldehit ve ketonlar alkoksit beraberinde siklopentadien ile aldol kondensasyon reaksiyonuna girerek düşük verim ile fulvenleri vermektedirler (Thiele 1900).

Fulvenler halkalı çapraz konjuge sisteme sahip benzersiz  $\pi$ -elektron sistemi sergileyen büyüleyici organik bileşik sınıfıdır. Halka sisteminin boyutuna göre tri, penta, hepta veya doymamış olarak sınıflandırılırlar. Penta fulven benzenin siklik izomeridir ancak benzenoit olmayan aromatikliğe sahiptir ve yüksekçe polarizedir. Kimyasal dengesizliklerinden dolayı fulvenlerin bir süredir aromatik olmadığı kabul edilmektedir. Pentafulven bilinen ilk renkli hidrokarbonlar arasındadır ve elektrofiller, nükleofiller, siklokatalma kimyasalları ve metallere karşı reaktiviteleri bakımında eşsizdirler. Ayrıca elektronik yapıları, optik özellikleri ve çeşitli alanlardaki uygulamalarıyla da dikkat çekmektedirler. Pentafulvenlerdeki atomlar üç farklı şekilde numaralandırılmıştır. Genel olarak en yaygın kullanılan sistem Şekil 2.16 a'daki gibidir. Bazı araştırmacılar hala Şekil 2.16 b'deki yöntemi kullanmaktadır. Bazı durumlarda siklopentadien eklenen gruplara göre isimlendirme yapılabilir. Örneğin dimetilfulven, isopropiliden siklopentadien olarak isimlendirilebilir (Preethalayam ve ark. 2017).

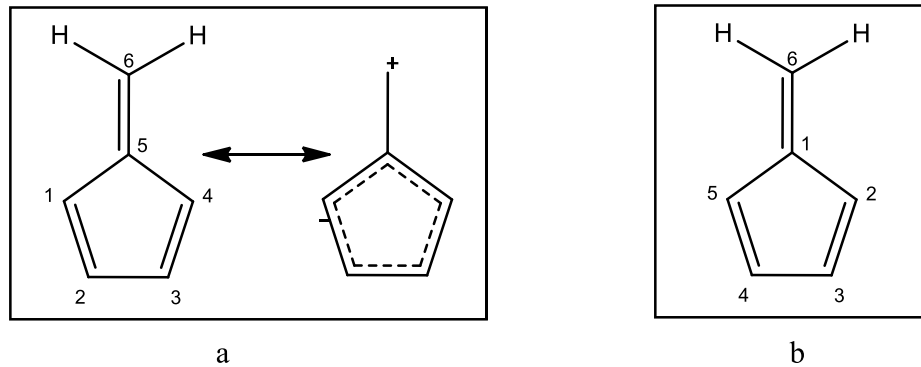

Şekil 2.16. Pentafulvenin atom numaralandırılması

Pentafulvenlere olan teorik ilginin aksine, sentetik yönleri organik kimyagerlerin hayal gücünü ateşlemiş ve araştırmacıları bileşiklerin ortaya koyduğu çeşitli halka katılma olanaklarından yararlanmaları için motive etmiştir. Pentafulvenler, hirsuten, kapnelen  $\beta$ -vetivone ve aminosiklopentitoller gibi glikozidaz inhibitör etkisine sahip doğal ve doğal olmayan bileşiklerin sentezinde kullanılmaktadır (Preethalayam ve ark. 2017).


### **Fulvenlerin sentez çalışmaları**

Şekil 2.17'da gösterildiği gibi pentafulvenlere ve fulven türevlerine erişmekte çok sayıda prosedür kullanılmaktadır. Siklopentadien aldehit veya keton ile reaksiyona girerek kondenzasyon reaksiyonu ürünü olarak fulven elde edilebilmektedir. Pentafulven hazırlanmasında en yaygın kullanılan yöntem Thiele'nin aldehit veya ketonlar ile siklopentadienin sodyum etoksit varlığında etanol içerisindeki reaksiyonudur. Burada baz hem deprotonlayıcı olarak hem de dehidrasyon aşamasında bir katalizör olarak görev yapar. Reaksiyon sarıdan kırmızı renge doğru hızlı ve kolay bir şekilde izlenebilir. Bu yöntem alifatik ve alisiklik ketonları içeren reaksiyonlar için uygundur. Diaril, aril alkil ketonlar ve alifatik aldehitler için sonuçlar tatmin edici değildir (Thiele 1900).

Stone ve Little baz olarak sekonder amin, özellikle pirolidin kullanarak metodu önemli ölçüde geliştirmişlerdir. Stone ve Little'nin geliştirdiği yöntem ile çok çeşitli alifatik ve aromatik aldehitler ve ayrıca alifatik ketonlar kullanılabilir. Burada pirolidin sadece bir baz olarak değil aynı zamanda iminium iyonunun ilave adımını katilize etmesi için öncül olarak işlev görür. Böylece karbonil karbonu daha elektrofil hale gelir (Stone ve Little 1984).

Neuenschwander 1965'te alternatif bir yol geliştirerek  $\alpha,\beta$ -doymamış, alifatik ve aromatik aldehitler ile açıl halojenürlerin reaksiyonunu rapor etmiştir. Lewis asidinin varlığında üçüncül aminlerin katalizörlüğünde siklopentadienden çıkılarak 1-asetoksi-1-halometanlar üretilmiştir.


Elektronca zengin diaminopentafulvenlerin sentezinde dimetilformamit dietilasetal ile siklopentadien arasındaki reaksiyon Meerwein ve Hafner tarafından rapor edilmiştir (Meerwein ve ark. 1961).

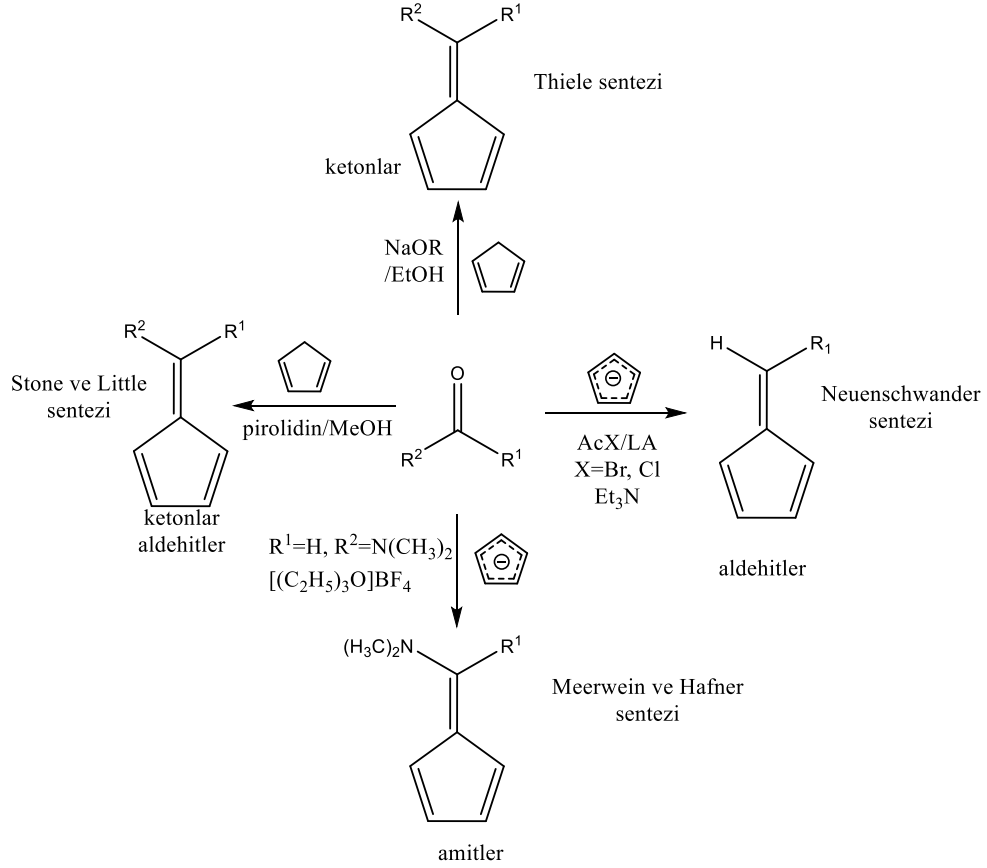

**Şekil 2.17.** Geleneksel Pentafulven sentezleri gösterimi


Pentafulvenlerin sentezinde göze çarpan bir gelişmede Erden ve Coşkun tarafından rapor edilmiştir. Çalışmada MeOH/H<sub>2</sub>O karışımı içinde katalitik miktarda pirolidin kullanılarak fulven sentezine yeni bir yöntem önermişlerdir. Rapora göre aşırı siklopentadien kullanımı izolasyon işlemlerinde zahmetli olan disiklopentadien oluşumuna neden olmaktadır. Ayrıca, aşırı pirolidin kullanımının, aromatik aldehit serisinde katı madde kristallenmesini önlediği tespit edilmiştir. Bir dizi aromatik aldehit ile reaksiyon gerçekleştirildiğinde, reaksiyon hızlarının Hammet sabitleri ile orantılı olduğu gözlemlenmiştir. Elektron veren gruplar reaksiyonu hızlandırırken elektron çekici gruplar bulunduran aldehitlerin reaksiyonu yavaşlattığı rapor edilmiştir.

Çalışmada genel gösterimi Şekil 2.18’de verilen iki farklı yöntem kullanılmıştır. Önerilen sentez mekanizması Şekil 2.19’de gösterildiği gibidir.

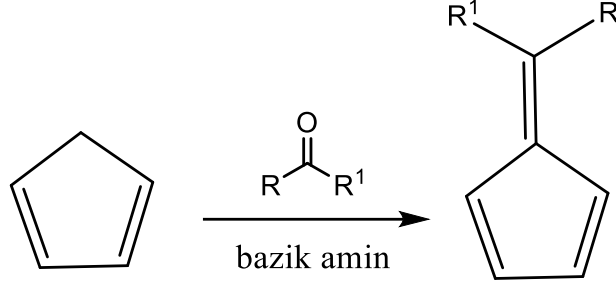


**Şekil 2.18.** Fulven sentezi şeması

Yöntem A’da aldehit ya da keton (5 mmol) ve siklopentadien (12,5 mmol, 0,8262 g, 1,025 mL) saf metanol (5 mL) içerisinde moleküler elek (3 Å, 1,5 g) ile birlikte eklenmiştir. Sonrasında NEt<sub>3</sub> (7,24 mmol, 0,733 g) içerisinde pirolidin (molce %10, 0,0355 g) çözeltisi damla damla ilk çözeltiliye 10 dakika sürede eklenmiştir. Reaksiyon azot gazı atmosferinde gece boyunca karıştırılmıştır. Çözelti taşlı huni ile vakumda filtre edilmiş ve çözelti vakum altında uçurulmuştur. Yöntem B’de aldehit ya da keton (5 mmol) ve siklopentadien (12,5 mmol, 0,8262 g, 1,025 mL) saf metanol (5 mL) içerisinde moleküler elek (3 Å, 1,5 g) ile birlikte eklenmiştir. Çözeltiye damla damla pirolidin (0,0355 g, molce %10) ilave edilmiştir. Karışım taşlı huni ile süzölmüş ve vakumda kurutulmuştur. Yöntemler kıyaslandığında pirolidin katalizörlüğünde reaksiyon verimlerinin daha yüksek olduğu ve yöntem B’nin daha etkili olduğu bildirilmiştir (Coşkun ve Erden 2011).

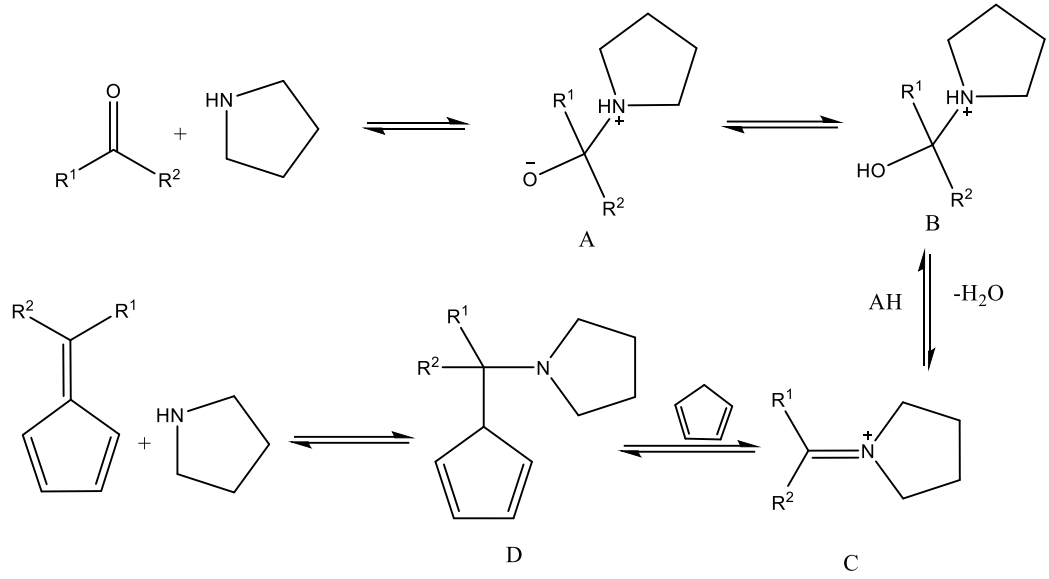

**Şekil 2.19.** Erden ve Coşkun sentez mekanizması


Şekil 2.19’da verilen mekanizmada ilk olarak iminyum tuzu oluşmakta ve ardından Şekil 2.20’de gösterildiği şekilde eliminasyon basamağı gerçekleşmiştir. Burada reaksiyonun hızını belirleyen faktörlerden biri elektron çekici grupların varlığı olarak bildirilmiştir. Eliminasyon basamağında çözücü etkisi incelenerek moleküler elek kullanımının reaksiyon verimini arttırdığı bildirilmiştir.

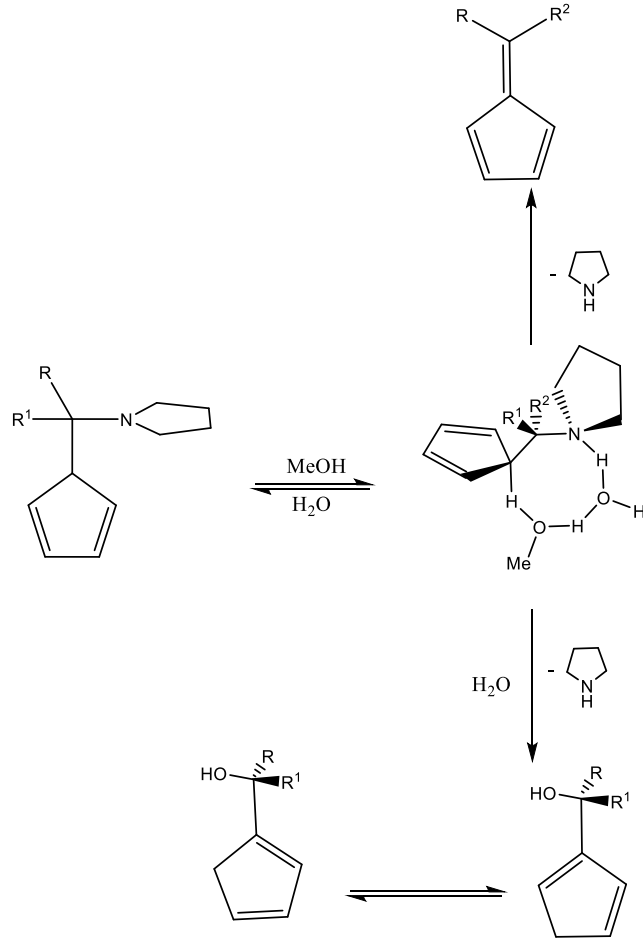

**Şekil 2.20.** Katalitik çevrimde çözücü etkisi

### Fulvenlerin önemi ve kullanımı


Hemanjiyomlar bebeklik döneminde en sık görülen neoplazmalardır. Bu lezyonların kesin patojeni belirsiz kalsada, önceki çalışmalar klonal neoplazmalar olduklarını göstermiştir. *Bartonella basiliiformis* enfeksiyonu ile histolojik olarak benzer bir lezyon oluşmaktadır.

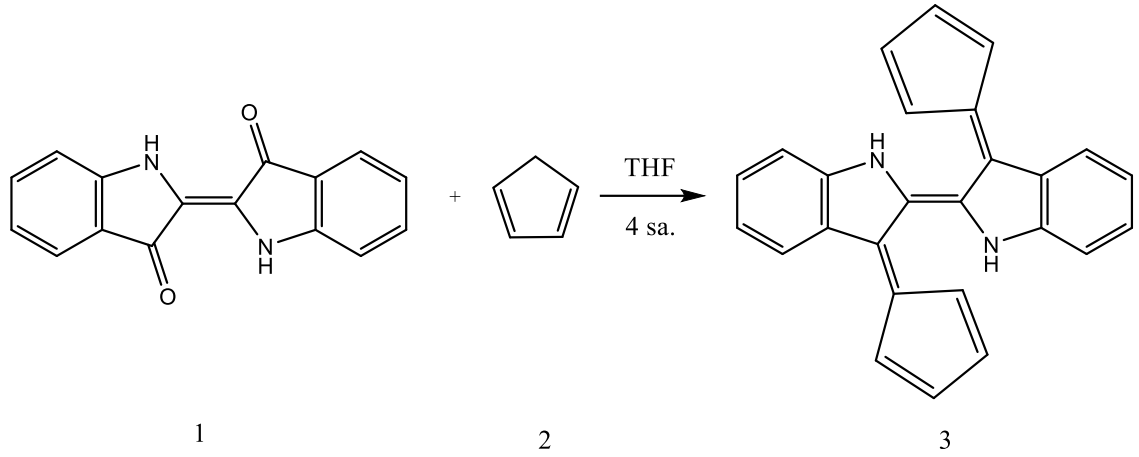

**Şekil 2.21.** (E)-3,3'-di(cyclopenta-2,4-dien-1-ylidene)-2,2'-biindolinylidene sentezi

Nox4'ün bloke edilmesi hemanjiyomları inhibe etmede etkin bir yöntemdir. Bu kapsamda (E)-3,3'-di(cyclopenta-2,4-dien-1-ylidene)-2,2'-biindolinylidene (3) Nox4'ün inhibe edilmesinde yeni bir yöntem olarak kullanılmıştır. Çalışma için kullanılan inhibitör, indigo (1) ve siklopentadienden (2) Şekil 2.21 şemasına uygun olarak sentezlenmiştir. (Berrios ve Arbiser 2011, Bhandarkar ve ark. 2009).

İlludinler, doğal olarak ABD, Kanada, Japonya, Norveç ve İspanya'da çürümüş kayın ağaçları, ağaç kabuğu ve çürümüş meyvelerde bulunur. İlk kez 1958'de İlludin S mantarlardan izole edilmiştir. İlludin S (Şekil 2.22 a) toksisitesi ile ilişkili sık görülen hayvan ölümlerinden dolayı antikanser ajanları olarak kullanımı sınırlandırılmıştır. Açıl fulvenler (AF) teröpatik özelliklere sahip sitotoksik ajanların geliştirilmesi sırasında elde edilen illudin türevidir. Ana yapı olan açıl fulvenlerin hidrosimetilaçılfulven (HMAF) (Şekil 2.22 b) gibi daha ileri işlevselleştirilmiş analogların çeşitli örnekleri vardır. HMAF'nin tümör büyümesinde %91 oranına kadar inhibe ettiği tespit edilmiştir (Tanasova ve Sturla 2012).

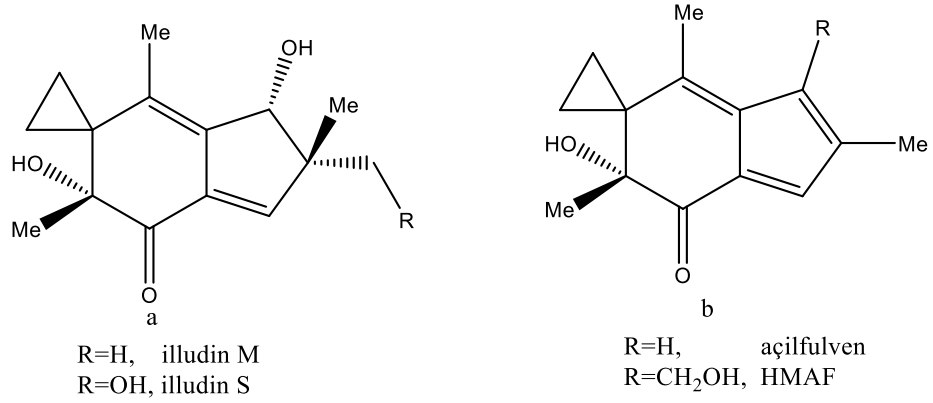

**Şekil 2.22.** İlludin ve fulven türevleri

## 2.2. SMC Yüzeylerinin Boyanabilmesi İçin Yapılmış Çalışmalar

Yüzey işlemi, şekillendirilmiş malzemelerin çeşitli sebeplerden dolayı ilave işlem yapılmasıdır. Yüzey işlem nedenleri;

- kirletici maddeler, oksitlenmiş tabakalar,
- düşük yüzey gerilimli malzemelerin ıslanabilirliğini arttırmak,
- polar kimyasal grupların veya yapışma sağlayıcı ajanların yüzeye eklenmesi,
- yüzey pürüzlülüğünün artırılarak bağlanma alanının artırılmasıdır.

Yüzey işlemleri 3 ana grupta Şekil 2.1’de gösterildiği gibi toplanmaktadır. Mekanik işlemler, enerjik işlemler ve kimyasal işlemlerdir (Wingfield 1993).

**Çizelge 2.1.** Yüzey işlemleri çizelgesi

Mekanik İşlemler	Enerjik İşlemler	Kimyasal İşlemler
Alumina ile aşındırma	Elektrik deşarj	Solvent ile temizlik
Soda ile aşındırma	Plazma	Deterjan ile temizlik
Zımparalama	Yakma	Asit ile yıkama
Aşırı soğutulmuş gazlar ile aşındırma	Eximer laser	Yapıştırıcı-Astar
Silisyum Karbür		



### 2.3. Adhezyon

Adhezyon birbirinden farklı yüzeylerin birbirlerine yapışma eğilimidir. Adhezyon ve kohezyon kuvvetine sebep olan kuvvetler birkaç farklı şekilde incelenebilir. Moleküller arası kuvvetler yapışma şekillerindeki farklılardan dolayı kimyasal adhezyon, dağıtıcı adhezyon ve difüzyon adhezyon gibi kategorilere ayrılabilir. Adhezyon kuvveti yüzey gerilimi ile ilişkilendirildiğinde bu kuvvet  $W_A$  ile gösterilir;

$$W_A = \gamma_{SV} + \gamma_{LV} - \gamma_{SL}$$

Young denkleminde adhezyon hesaplanabilmektedir (Zisman 2009).

### 2.4. Kovalent Olmayan Etkileşimler

#### 2.4.1. Hidrojen bağları

Küçük ve kuvvetli elektronegatif atomlara (O, N ya da F) bağlı hidrojen atomlarıyla bu tür diğer elektronegatif atomların bağ yapmayan elektron çiftleri arasında oldukça kuvvetli dipol-dipol çekimleri oluşur. Moleküller arası kuvvetlerin bu türüne hidrojen bağı denir. Hidrojen bağı normal kovalent bağdan daha zayıf ancak asetonda oluşan dipol-dipol etkileşimlerinden daha kuvvetlidir.

#### 2.4.2. İyon-iyon etkileşimi

Bir maddenin erime noktası, oldukça düzenli kristal haliyle daha gelişigüzel olan sıvı hali arasında bir denge olduğu sıcaklıktır. Eğer, madde sodyum asetat gibi iyonik bir bileşikse, kristal halde iyonları bir arada tutan kuvvetler, düzenli kristal yapıdaki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki güçlü elektrostatik örgü kuvvetleridir. Her bir sodyum iyonu negatif yüklü asetat iyonları tarafından ve her bir asetat iyonu da pozitif sodyum iyonları tarafından çevrilmiştir. Kristalin düzenli yapısını parçalayıp sıvının düzensiz açık yapısına dönüştürmek için fazla miktarda ısı enerjisi gerekir. Bunun sonucunda sodyum asetatın eridiği sıcaklık oldukça yüksektir, 325 °C'dir. İyonik bileşiklerin

kaynama noktası oldukça yüksektir, öyle ki iyonik organik bileşiklerin pek çoğu kaynamadan önce bozunurlar. Sodyum asetat da böyle bir davranış gösterir.


### 2.4.3. Dipol-dipol etkileşimi

Birçok organik molekül tam iyonik değildir, fakat bağ elektronlarının düzenli dağılmamasından kaynaklanan kalıcı dipol momentlere sahiptirler. İçerdikleri karbonil grubunun oldukça polar olmasından dolayı aseton ve asetaldehit kalıcı dipolü olan moleküllere örneklerdir. Bu bileşiklerde moleküller arasındaki çekim kuvvetlerini göz önüne getirmek daha kolaydır. Sıvı ya da katı halde dipol-dipol çekimleri, bir molekülün pozitif ucunun diğerinin negatif ucuna gelecek şekilde yönelmesini sağlar.

### 2.4.4. $\pi$ - $\pi$ etkileşimi

Supramoleküler kimyada bir aromatik etkileşim veya ( $\pi$ - $\pi$  etkileşimi) aromatik kısımlar içeren organik bileşikler arasındaki nonkovalent etkileşimlerdir.  $\pi$ -Konjüge sistemlerde p-orbitallerin moleküller arasında örtüşmesi  $\pi$ - $\pi$  etkileşimlerine neden olur, dolayısıyla  $\pi$ -elektron sayısı arttıkça etkileşimler de daha güçlü olur. Diğer nonkovalent etkileşimler arasında hidrojen bağları, van der Waals kuvvetleri, yük transfer etkileşimi ve dipol-dipol etkileşimleri sayılabilir (Zhao ve ark. 2017).


Aromatik bileşikler Şekil 2.23 a'da gösterildiği gibi yüz yüze, kaymış yüz yüze, köşe yüzey t-şeklinde etkileşime girmektedir. Şekil 2.23 b'de ki gibi aromatik halka ile katyonik yapıda etkileşim içinde olabilmektedir.

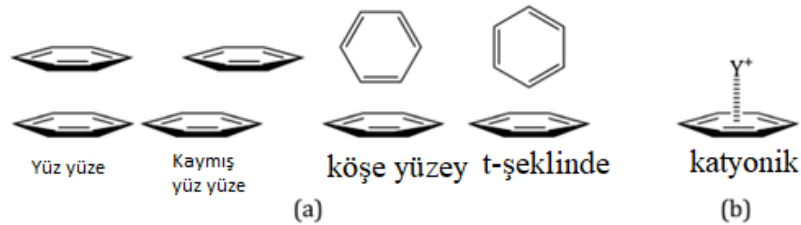

Şekil 2.23. Aren-aren ve aren katyon etkileşimler

Etkileşimin hangi şekli ile sonuçlanacağı molekülün polarlanması ile ilgilidir. Pozitif yükün halka içinde veya halka dışında oluşu (Şekil 2.23) etkileşim şeklini belirlemektedir.

Benzer şekilde kuadrupol olan benzen gibi bileşikler köşe yüzey, kaymış yüz yüze veya t-şeklinde etkileşime gireceklerdir. Kuadrupolleri ters olan bileşiklerle ise yüz yüze şeklinde etkileşime gireceklerdir (Şekil 2.24). Etkileşimler incelendiğinde enerji ölçümlerinden elektronca zenginlik ya da eksiklik etkileşimi etkilemektedir. Bu durumun Hammett korelasyonu ile doğrudan bağlantılı olduğu enerji ölçümlerinden belirlenmiştir.

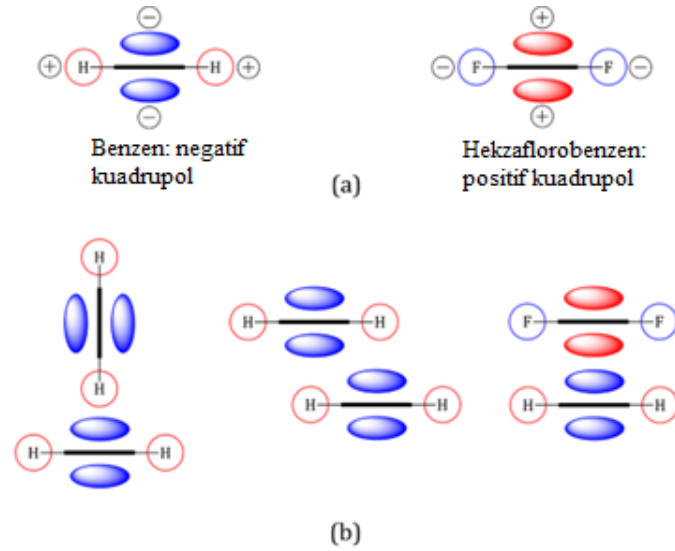

**Şekil 2.24.** Halka kutuplanması ve kutuplanma sonucu etkileşimler

Kovalent olmayan etkileşimlerin moleküllerin reaktivitelerini de etkilediği tespit edilmiştir. Etkileşimlerden kaynaklı sterik engeller oluşabilmekte ve stereo seçici reaksiyonları etkilemektedir (Prasanna 2013).

## 2.5. NMR ve Durulma Süreci


Nükleer manyetik rezonans (NMR), hem moleküler hem de atomik seviyelerde çok sayıda bilimsel ve uygulamalı görevi hızlı ve yeterli bir şekilde yerine getiren güçlü bir enstrümantal analiz yöntemidir. Bu yöntem gaz, çözelti, sıvı, katı, kristal, homojen veya heterojen amorf sistemlerde NMR sinyali tespit edilebildiğinden fizik, kimya, gıda kimyası, biyoloji, jeoloji, arkeoloji, eczacılık ve malzeme bilimi alanlarında kullanılabilir. NMR'ın ilginç bir versiyonu olan manyetik görüntüleme (MRI), özellikle beyinde araştırma yapmak için hem tıpta insan hem de veterinerlik bilimlerinde güvenilir bir tanı aracıdır. MRI malzeme kimyası çalışmalarında da uygulanabilir.

Nükleer manyetik rezonans (NMR) atom çekirdeklerinin manyetik özelliklerine bağlı bir fiziksel olgudur. Tek sayılı nükleon içeren tüm çekirdekler ve çift sayılı olan bazı diğer çekirdeklerin bir manyetik momenti vardır. En yaygın kullanılan  $^1\text{H}$  ve  $^{13}\text{C}$  çekirdekleridir, ancak çoğu başka elementin de bazı izotopları da gözlemlenebilir. NMR, bir manyetik çekirdeği incelemek için onun manyetik momentini dışarıdan uygulanan kuvvetli bir manyetik alan ile aynı doğrultuya sokar, sonra momentlerin yönlenmesi bir elektromanyetik dalganın etkisiyle bozulur. Manyetik alan tarafından yönlendirilmiş olan çekirdeğin momentinin yer alabileceği iki enerji seviyesi vardır, biri manyetik alanla aynı yönde olan düşük enerjili bir seviye, diğeri manyetik alana ters yönde olan, yüksek enerjili bir seviyedir. Bu iki seviye arasındaki enerji farkına karşılık gelen frekansta bir foton soğurulursa moment bir an için yön değiştirir, dolayısıyla o frekansta bir rezonans gözlemlenir.

Nükleer durulma, radyofrekansı (RF) ışması ile uyarılan çekirdeklerin başlangıçtaki denge konumlarına geri dönmesi ile sonuçlanması olayıdır. Bu durum NMR sinyalinin gözlemlenmesini sağlar. NMR uygulamaları NMR spektroskopisi ve NMR durulması olarak iki kategoride incelenebilmektedir. NMR spektroskopisi yapısal analizler için NMR kullanan araştırmacılar arasında en popüler olanıdır. Bununla birlikte en basit NMR deneylerini yapmak ve sonuçları yorumlayabilmek için nükleer durulma teorisi hakkında bilgiye ihtiyaç vardır (Bakhmutov 2015).

### 2.5.1. NMR $T_1$ durulma süresi

NMR durulma süresi çekirdeğin uyarıldıktan yani rezonansa girdikten sonra temel hale dönmesine kadar geçen süredir (Şekil 2.25.).

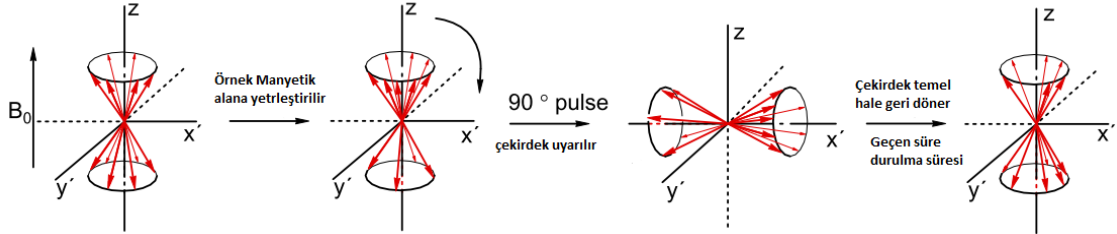

Şekil 2.25. Çekirdek durulma gösterimi

Uyarılmış çekirdek z ekseninde komşu moleküllere enerjisinin fazlasını vererek duruluyorsa, bu geçen süreye  $T_1$  durulma süresi denmektedir. Uyarılmada fazla enerji termal enerjiye dönüşemediğinden nispeten  $T_1$  süreleri uzundur. Gevşeme moleküler hareketlilik ile orantılıdır. Bu nedenle  $T_1$  süreleri sıcaklık ile bağlantılıdır.


### 2.5.2. NMR $T_2$ durulma süreci

Durulma xy ekseninde gerçekleştiğinde durulma için geçen süre  $T_2$  enine durulma olarak belirtilmektedir.  $T_2$  durulma  $T_1$  ile ilişkilidir. xy eksenindeki uyarılmada düşüş olmadan z ekseninde artış olması mümkün değildir.

## 2.6. NMR $T_1$ Deneyi Uygulamaları

Nükleer durulma teorisi, nükleer ortamın simetrisi, bileşiklerin yapısal özellikleri ve moleküler mobilite karakteristiğinin karakterizasyonu ile bağlantılı olarak kuadropolar ve dipolar eşleşme sabitlerinin veya kimyasal kayma anizotropisinin doğru ölçümlerini sağlayan çeşitli durulma uygulamalarının temelidir. Hatta çözelti içerisinde mesafelerin ölçülmesi ve zayıf moleküler arası etkileşimlerin tanımlanmasında kullanılabilir bir yöntemdir.

Yapılan bir çalışmada iyonik sıvıların katyonik ve anyonik kısımların kendi aralarındaki ve çözücü ile etkileşimleri incelenmiştir. Katyonik ve anyonik kısımların kümelenmesi T1 NMR analizleri ile belirlenmiştir. Katyon ve anyonlar Şekil 2.26’da verilmiştir.

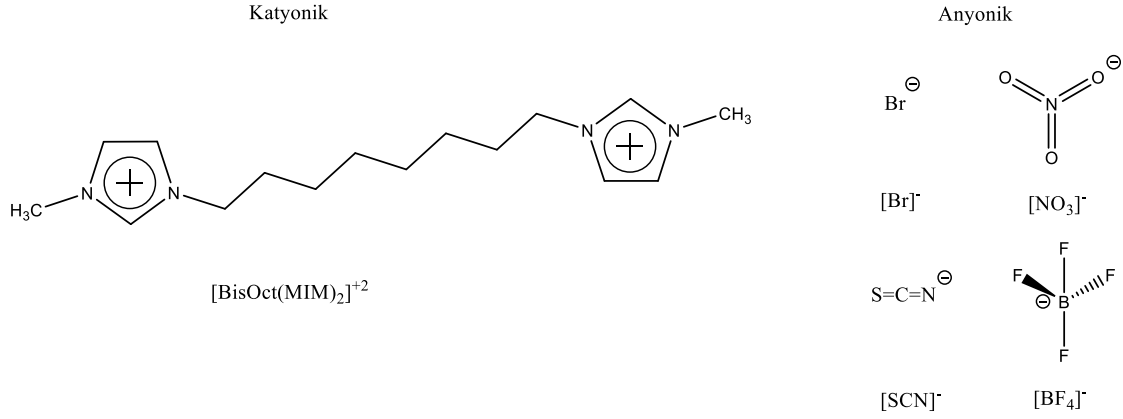

**Şekil 2.26.** İyonik sıvı içerisindeki katyon ve anyonlar

Katyon ve anyonların kümelenmesi ölçümlerinde çeşitli konsantrasyonlarda katyon ve anyon ortama eklenerek  $T_1$  değişimleri tespit edilmiştir. Bu durum için [BisOct(MIM)<sub>2</sub>]<sup>+2</sup> üzerinde azot atomuna en yakın karbon atomu üzerindeki hidrojenin  $T_1$  ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Bu protonun seçilmesinde temel sebep NMR spektrumu içerisinde en çok yeri değişen proton olmasıdır. Kümelenme gerçekleştiğinde konsantrasyon arttıkça  $T_1$  sürelerinin azaldığını bildirilmiştir (Frizzo ve ark. 2016).

## 2.7. SMC ve Boyanma Sorunları

UV kurutmalı kaplamalar ile SMC yüzeyi kaplanarak gaz çıkışları engellenebilse de bu kaplamaların SMC yüzeyine tutunması oldukça zayıftır. Bu zayıf tutunma SMC yüzeyinin düşük yüzey geriliminden kaynaklanmaktadır. Bu yüzey geriliminin yükseltilmesi için ön yüzey işlemleri uygulanmaktadır. En yaygın yüzey işlemleri zımparalama ve plazmadır. Uygulanan fiziksel işlemlerden sonra yüzey alanı da değişmektedir. Preslenme sonrası formülasyonu Çizelge 2.2’deki gibi olan SMC parçaların yüzey alanı 1,078 S,  $\mu\text{m}^2/\text{A}$   $\mu\text{m}^2$ ’dir. Bu değer yüzeyi alevle işleme sonrası

1,134, zımpara sonrası 2,168, alevle yakma ve ardından zımparalama sonrası ise 2,085 olarak ölçülmüştür (Trey ve ark. 2009).

**Çizelge 2.2.** Volvo Car SMC Formülasyonu (Trey ve ark. 2009)

SMC Formülasyonu	Kütlece %
Polyester reçine/stiren reçine	22,9
Termoplastik reçine	1,5
MgO	0,5
CaCO <sub>3</sub> (7 µm)	45,86
Çinko stearat	1,0
Katalizör	0,23
Cam elyaf	28,0

## 2.8. SMC Boyanma Sorunu Çözümleri

SMC malzemelerin yüzeylerinin kimyasal korozyon, mekanik korozyon ve plazma ile işlenmesi ile apolar yüzey polar fonksiyonel gruplara dönüşmektedir. Çokça kullanılan bu yöntemler sonucu ortama uçucu partiküllerin bulaşmasının önüne geçilememektedir (Park ve Mukherjee 1998).

Yapılan temas açısı ölçümlerinde uygulanan yüzey işlemleri sonrası temas açısının düştüğü, buna bağlı olarak ıslanabilirliğin ve boyanabilirliğin arttığı gözlenmiştir (Trey ve ark. 2009).

Korozyona karşı dirençli olan SMC parçalar elde edilmek istenen parçanın şekline ve boyutuna bağlı olarak belirli miktarda formülü Şekil 2.3'de verilen hamurun uygun basınç altında ve sıcaklıkta önceden belirlenen süre preslenerek istenen form elde edilir. Genel olarak pres parametreleri 140°C, 140 bar ve 12 saniyedir. Boya sonrası oluşan boya yüzeyindeki kabarcıkların giderebilmek için dolgu astarı, zımpara veya alevle yüzey yakma uygulanabilen yöntemlerdendir. Presten sonra SMC parçaların temas açısı 83° olarak ölçülmüştür. Yüzey elektron demeti ile muamele edildiğinde temas açısı 67°

olarak ölçülmüştür. Güçlü yıkama sonrası 75°, CO<sub>2</sub> ile yüzey temizleme sonrası 83° olarak ölçülmüştür (Gedan-Smolka ve ark. 2011) .

**Çizelge 2.3.** MAN-Truck LP-SMC Genel Formülasyonu


<b>SMC Formülasyonu</b>	<b>Kütlece (%)</b>
Doymamış polyester (PES) reçine	12,9
Doymuş polyester (stren içerisinde)	10,3
Polistiren (stiren içerisinde)	2,6
Perester karışımı	0,3
Çinko streat	0,8
Diğer katkıları	0,6
MgO	0,9
CaO	49,0
Cam elyaf	22,5

SMC parçaların dekoratif boyanmasında elektrostatik boyaların kullanılabilmesi için iletken yüzeye ihtiyaç vardır. Yüzeye uygulanacak astarın çözücüsüz olması boyama prosesi açısından son derece önemlidir. Tasarlanan astarda polimerize edilebilir bileşen, foto başlatıcı bileşen ve iletken bileşen kullanılmıştır. Polimerize edilebilir bileşen akrilat içerisinde karıştırılmıştır. Polimerize edilebilir bileşen olarak monoakrilat, diakrilat, triakrilat, poliakrilatlar, ürethan akrilatlar ve polyester akrilatlar kullanılabilir (WO01/45936).

Yapılan çalışmada hidrolize edilen organo silanlar düşük pH'ta eş zamanlı veya sonradan ilave edilerek yüzey aktivasyonu gerçekleştirilebilmektedir. Tek başına su, organo silanların hidrolizini %50 oranında gerçekleştirirken hidroklorik asit gibi asitlerin seyreltik halleri %100 oranında organo silanları hidrolize etmektedir. Organo silanların hidrolizi oranında bağlanmada güçlenmektedir. Şekil 2.27'te gösterildiği gibi amino silanların uygulamasında 3-(aminopropil)trimetoksisilan ve N-(2-aminoetil)-3-amino-propiltrimetoksisilan kullanılmaktadır. Metoksi grupları hidrolize uğrayarak önceden plazma ya da alevle yakma sonucu fonksiyonelleştirilmiş cam elyaf ile



güçlendirilmiş kompozit malzemeye tutunmayı sağlamaktadır. Amino silanlar üzerindeki amino grupları ise boya veya yapıştırıcı bağlanmasını sağlamaktadır (WO2010/149729).

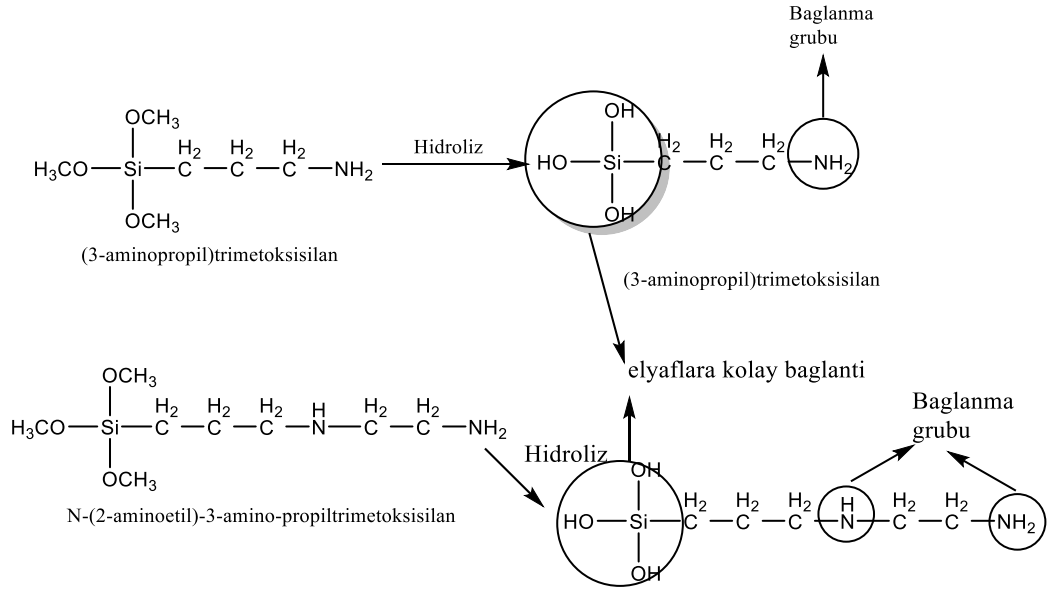

Şekil 2.27. Organo silanların hidrolizi

### 3. MATERYAL

#### 3.1. Materyal

##### 3.1.1. Nükleer manyetik rezonans spektroskopisi

Çalışmada sentezlenen ylidenmalanonitril bileşikleri  $^1\text{H}$ ,  $^{13}\text{C}$  ve  $T_1$  NMR spektrumları GFER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'de Bruker 600 MHz Avance NEO cihazında Liquid Periodic Table Probe ile DMSO- $d_6$  içerisinde  $90^\circ$ 'lik uyarım ile kaydedilmiştir. Yapılan  $T_1$  ölçümlerinde;

$$I(t) = I(0) + p \cdot \exp(-t/T_1)$$

Formülü cihazın kendi yazılımı ile hesaplanmıştır.  $90^\circ$ 'lik uyarım ile 0,01 saniyeden 15 saniyeye kadar 10 adet ölçüm üzerinden hesaplama gerçekleştirilmiştir.

##### 3.1.2. İnfrared spektroskopisi

Çalışmada sentezlenen ylidenmalanonitril bileşikleri spektrumları ve yüzeyi modifiye edilmiş SMC parça yüzeylerinin İnfrared spektrumları GFER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'de JASCO FT-IR 6800 spektrofotometresi ile kaydedilmiştir. Ölçümler elmas kristal üzerinden  $45^\circ$ 'lik yansıma olarak ölçülmüştür (ATR).  $400\text{ cm}^{-1}$  ile  $4000\text{ cm}^{-1}$  aralığında  $4\text{ cm}^{-1}$  aralıklarla triglisin sülfat dedektör ile gerçekleştirilmiştir.

##### 3.1.3. Temas açısı ölçümü


Çalışmada yüzeyi modifiye edilmiş SMC parça yüzeylerinin ortalama temas açısı ölçümleri Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde optical tensiometer ile kaydedilmiştir. Hacmi belirlenen su damlası standart mesafeden yüzeye bırakıldı ve su damlası ile yüzey arasındaki açı yüksek çözünürlüklü kamera ile fotoğraflanarak cihaz yazılımı üzerinden ölçüldü. 3 adet ölçümün ortalaması olarak açı değeri belirlenmiştir.

### 3.1.4. Adhezyon test cihazı

Bekleme süresini tamamlayan parçalar üzerine adezyon testi için 20 mm çapında Dolly parça üzerine çift bileşenli yapıştırıcı ile yapıştırılarak 24 saat yapıştırıcının kuruması beklenmiştir. Süre sonunda yapışma test cihazı ile yapıştırılan Dolly çekilerek kopması için gerekli kuvvet psi biriminde ölçülmüştür.

### 3.1.5. Cross-Cut testi

ASTM çapraz kesim testi ile boya yapışması test edildi. Çapraz kesim için falçata kullanılarak kesim yapıldı. 3M bant kesilen alana yapıştırılarak yüzeye dik olarak çekildi ve yüzeyden kalkan boya miktarına göre ASTM standardına uygun olarak değerlendirme yapılmıştır (Şekil 3.1).

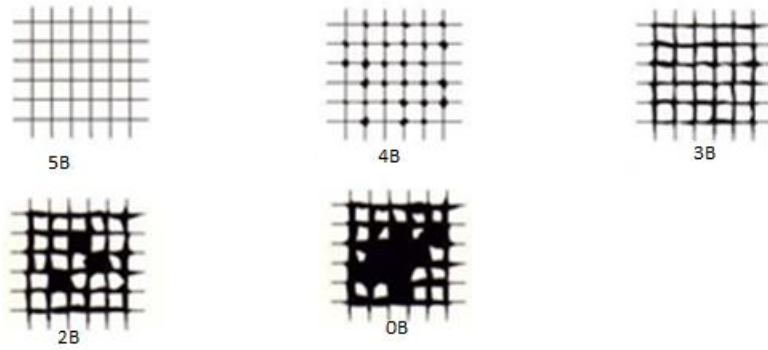

**Şekil 3.1.** Çapraz kesim karşılaştırma tablosu

Çapraz kesim testinde yüzeyden boya kopması olmuyorsa sonuç 5B, kesilen yüzeyden %5 oranında boya kopması gerçekleşiyorsa 4B, %5-%15 arası boya kopması gerçekleşiyorsa 3B, %15-%35 arası kopma gerçekleşiyorsa 2B, %35-%65 arası boya kopması sağlanıyorsa 1B ve %65'ten daha fazla boya kopması gerçekleşiyorsa sonuç 0B olarak yorumlanmıştır.

### 3.1.6. Çalışmada kullanılan kimyasallar


<u>Madde Adı</u>	<u>Firma Adı</u>	<u>Katalog No</u>
Benzaldehit	Sigma-Aldrich	B1334
p-Tolilaldehit	Aldrich	T35602
m-Tolilaldehit	Aldrich	T35505
p-Anisaldehit	Aldrich	A88107
m-Anisaldehit	Aldrich	129658
4-Nitrobenzaldehit	Aldrich	130176
3-Nitrobenzaldehit	Aldrich	N10845
p-Klorobenzaldehit	Aldrich	112216
m-Bromobenzaldehit	Aldrich	B57206
Tereftaldehit	Aldrich	T2207
Malononitril	Aldrich	M1407
Disiklopentadien	Aldrich	454338
Pirolidin	Sigma-Aldrich	83240
Etil alkol	Sigma-Aldrich	32205
Dimetilsülfoksit	Sigma-Aldrich	D2650
2,4-Dinitrofenilhidrazin	Aldrich	D199303
o-Toluidin	Aldrich	466190
m-Anisidin	Aldrich	A88204
1,4-Fenilendiamin	Sigma	P6001
2-Nitroanilin	Aldrich	N9780
3-Nitroanilin	Aldrich	N9829
4-Nitroanilin	Aldrich	185310
m-Toluidin	Aldrich	511218
o-Anisidin	Aldrich	A88182
2,3',4,6-Tetranitrofenilamin	AldrichCPR	SIS433632-1
N-Pikril-1-naftilamine	AldrichCPR	SIS399027-2
N-(3,5-diklorofenil)- pikrilamin	AldrichCPR	SIS621218-2
N-(3-klorofenil)- pikrilamin	AldrichCPR	SIS516740-2
N-(2,4-diklorofenil)- pikrilamine	AldrichCPR	SIS504556-2

N-(3,4-diklorofenil)- pikrilamin	AldrichCPR	SIS558281-2
N-(3,5-ksilil)- pikrilamin	AldrichCPR	SIS589640-2
N-(2-klorofenil)- pikrilamin	AldrichCPR	SIS518328-2
2-(Pikrilamino)fenol	AldrichCPR	SIS560677-2
N-(4-piridil)pikrilamin	AldrichCPR	SIS559822-2
N-(2-piridil)pikrilamin	AldrichCPR	SIS533493-2
2-(Pikrilamino)tiazol	AldrichCPR	SIS624462-2
Toluen	Sigma-Aldrich	244511
CDCl <sub>3</sub>	Sigma-Aldrich	236896
DMSO-d <sub>6</sub>	Sigma-Aldrich	424005

### 3.2. Yöntem

Bu çalışma kapsamında 4 ana grup bileşik serisi denendi. Bunlar Arilamin, Diarilamin Ylidenmalanonitril ve Fulven serileridir. Bileşik serilerinden ylidenmalanonitriller (Koz ve Coşkun) ve fulvenler (Coşkun ve Erden 2011) laboratuvarında sentezlendi. Arilaminler ve diarilaminler ticari olarak temin edilip doğrudan kullanıldı.

#### 3.2.1. Ylidenmalanonitrillerin sentezleri:

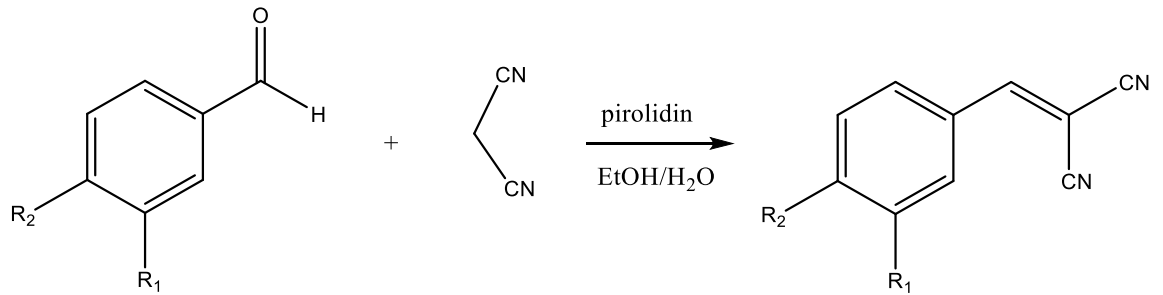


**Şekil 3.2.** Ylidenmalanonitrillerin sentez şeması

Genel prosedürü Şekil 3.2’de verilen reaksiyon şemasına uygun olarak aldehit (10 mmol) ve malononitril (10 mmol, 0,66 g) ve piperidin (1 mmol, 0,0711 g) 12 mL’lik vida kapaklı vial şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (8 mL EtOH/2 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. Süre sonunda ürün reaksiyon ortamında çöktü. Taşlı huni ile katı ürün süzüldü

ve soğuk etil alkol su karışımı ile yıkandı. Taşlı hunide kalan ürün vakum altında kurutuldu.


### 2-Benzilidenmalononitril sentezi (YM-11)



Benzaldehit (10 mmol, 1,06 g), malononitril (10 mmol, 0,66 g) ve piperidin (1 mmol, 0,0711 g) 12 mL'lik vida kapaklı şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (8 mL EtOH/2 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. 3 saat sonunda ürün reaksiyon ortamında çöktü. Taşlı huni ile katı ürün süzüldü ve soğuk etil alkol su karışımı ile yıkandı. Taşlı hunide kalan ürün vakum altında kurutuldu.

Verim 1,0908 gr. %71. En. 83-85 °C. (Lit. 83-84 °C). IR (ATR)  $\nu_{C\equiv N}$  2222 cm<sup>-1</sup>; <sup>1</sup>H NMR (600 MHz, DMSO)  $\delta$  8.57 (s, 1H), 7.96 (dd,  $J = 8.2, 0.9$  Hz, 2H), 7.74 – 7.68 (m, 1H), 7.63 (dd,  $J = 10.6, 4.8$  Hz, 2H). <sup>13</sup>C NMR (151 MHz, DMSO)  $\delta$  162.06; 134.86; 131.78; 130.97; 130.01; 114.68; 113.70; 82.10.


### 2-(3-Bromobenziliden)malononitril sentezi (YM-12)



3-Bromo benzaldehit (10 mmol, 1,85 g), malononitril (10 mmol, 0,66 g) ve piperidin (1 mmol, 0,0711 g) 12 mL'lik vida kapaklı şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (8 mL EtOH/2 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. 3 saat sonunda ürün reaksiyon ortamında çöktü. Taşlı huni ile katı ürün süzüldü ve soğuk etil alkol su karışımı ile yıkandı. Taşlı hunide kalan ürün vakum altında kurutuldu.


Verim 1,8341 gr. %79. En. 110 °C. (Lit. 110-110,8 °C). IR (ATR)  $\nu_{C\equiv N}$  2222 cm<sup>-1</sup>; <sup>1</sup>H NMR (600 MHz, DMSO)  $\delta$  8.54 (s, 1H), 8.11 (t,  $J = 1.8$  Hz, 1H), 7.98 – 7.94 (m, 1H), 7.91 (ddd,  $J = 8.1, 2.0, 0.9$  Hz, 1H), 7.60 (t,  $J = 8.0$  Hz, 1H). <sup>13</sup>C NMR (151 MHz, DMSO)  $\delta$  160.32; 136.99; 133.82; 133.32; 132.06; 129.40; 122.83; 114.33; 113.29; 84.06.

## 2-(4-Klorobenziliden)malononitril (YM-13)

 4-Kloro benzaldehit (10 mmol, 1,41 g), malononitril (10 mmol, 0,66 g) ve pirolidon (1 mmol, 0,0711 g) 12 mL'lik vida kapaklı şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (8 mL EtOH/2 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. 3 saat sonunda ürün reaksiyon ortamında çöktü. Taşlı huni ile katı ürün süzöldü ve soğuk etil alkol su karışımı ile yıkandı. Taşlı hunide kalan ürün vakum altında kurutuldu.


Verim 1,5654 gr. %83. En. 162-163 °C. (Lit. 162-164 °C). IR (ATR)  $\nu_{C\equiv N}$  2222  $\text{cm}^{-1}$ ; <sup>1</sup>H NMR (600 MHz, DMSO)  $\delta$  8.56 (s, 1H), 7.96 (d,  $J = 8.5$  Hz, 2H), 7.74 (d,  $J = 8.5$  Hz, 2H). <sup>13</sup>C NMR (151 MHz, DMSO)  $\delta$  160.61; 139.49; 132.62; 130.58; 130.22; 114.54; 113.50; 82.76.

## 2-(3-Metilbenziliden)malononitril sentezi (YM-14)

 3-Metil benzaldehit (10 mmol, 1,20 g), malononitril (10 mmol, 0,66 g) ve pirolidin (1 mmol, 0,0711 g) 12 mL'lik vida kapaklı şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (8 mL EtOH/2 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. 3 saat sonunda ürün reaksiyon ortamında çöktü. Taşlı huni ile katı ürün süzöldü ve soğuk etil alkol su karışımı ile yıkandı. Taşlı hunide kalan ürün vakum altında kurutuldu.

Verim 0,9072 gr. %54. En. 89 °C. (Lit. 90-92 °C). IR (ATR)  $\nu_{C\equiv N}$  2222  $\text{cm}^{-1}$ ; <sup>1</sup>H NMR (600 MHz, DMSO)  $\delta$  8.51 (s, 1H), 7.79 (d,  $J = 1.5$  Hz, 1H), 7.75 (s, 1H), 7.53 (dd,  $J = 3.9, 2.0$  Hz, 2H), 2.38 (s, 3H). <sup>13</sup>C NMR (151 MHz, DMSO)  $\delta$  162.10 (s), 139.44 (s), 135.60 (s), 131.80 (s), 131.46 (s), 130.60 – 130.31 (m), 129.94 (s), 128.04 (s), 114.73 (s), 21.27 (s).


### 2-(4-Metilbenziliden)malononitril sentezi (YM-15)



4-Metil benzaldehit (10 mmol, 1,20 g), malononitril (10 mmol, 0,66 g) ve piriolidin (1 mmol, 0,0711 g) 12 mL'lik vida kapaklı şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (8 mL EtOH/2 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. 3 saat sonunda ürün reaksiyon ortamında çöktü. Taşlı huni ile katı ürün süzüldü ve soğuk etil alkol su karışımı ile yıkandı. Taşlı hunide kalan ürün vakum altında kurutuldu.

Verim 1,4248 gr. %85. En. 135,3 °C. (Lit. 134-135 °C). IR (ATR)  $\nu_{C\equiv N}$  2222  $\text{cm}^{-1}$ ; <sup>1</sup>H NMR (600 MHz, DMSO)  $\delta$  8.49 (s, 2H), 7.87 (d,  $J = 8.2$  Hz, 4H), 7.45 (d,  $J = 8.1$  Hz, 4H), 2.42 (s, 6H). <sup>13</sup>C NMR (151 MHz, DMSO)  $\delta$  161.79 (s), 146.15 (s), 131.16 (s), 130.64 (s), 129.24 (s), 114.89 (s), 113.93 (s), 80.42 (s), 21.95 (s).

### 2-(3-Nitrobenziliden)malononitril sentezi (YM-16)




3-Nitro benzaldehit (10 mmol, 1,51 g), malononitril (10 mmol, 0,66 g) ve piriolidon (1 mmol, 0,0711 g) 12 mL'lik vida kapaklı şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (8 mL EtOH/2 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. 3 saat sonunda ürün reaksiyon ortamında çöktü. Taşlı huni ile katı ürün süzüldü ve soğuk etil alkol su karışımı ile yıkandı. Taşlı hunide kalan ürün vakum altında kurutuldu.

Verim 1,4395 gr. %72. En. 105,8 °C. (Lit. 106,6-107 °C). IR (ATR)  $\nu_{C\equiv N}$  2222  $\text{cm}^{-1}$ ; <sup>1</sup>H NMR (600 MHz, DMSO)  $\delta$  8.78 (t,  $J = 1.8$  Hz, 1H), 8.73 (s, 1H), 8.52 – 8.47 (m, 1H), 8.34 (d,  $J = 7.8$  Hz, 1H), 7.93 (t,  $J = 8.1$  Hz, 1H). <sup>13</sup>C NMR (151 MHz, DMSO)  $\delta$  159.78 (s), 148.51 (s), 136.34 (s), 132.94 (s), 131.65 (s), 128.41 (s), 125.32 (s), 114.15 (s), 113.10 (s), 85.43 (s).




### 2-(4-Nitrobenziliden)malononitril sentezi (YM-17)



4-Nitro benzaldehyt (10 mmol, 1,51 g), malononitril (10 mmol, 0,66 g) ve piroolidin (1 mmol, 0,0711 g) 12 mL'lik vida kapaklı şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (8 mL EtOH/2 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. 3 saat sonunda ürün reaksiyon ortamında çöktü. Taşlı huni ile katı ürün süzöldü ve soğuk etil alkol su karışımı ile yıkandı. Taşlı hunide kalan ürün vakum altında kurutuldu.

Verim 1,5810 gr. %79. En. 160,4 °C. (Lit. 161-161,4 °C). IR (ATR)  $V_{C\equiv N}$  2222  $cm^{-1}$ ; <sup>1</sup>H NMR (600 MHz, DMSO)  $\delta$  8.73 (s, 1H), 8.43 (t,  $J = 9.2$  Hz, 2H), 8.14 (d,  $J = 8.8$  Hz, 2H). <sup>13</sup>C NMR (151 MHz, DMSO)  $\delta$  159.78 (s), 150.18 (s), 137.16 (s), 131.92 (s), 124.87 (s), 114.10 (s), 113.00 (s), 86.44 (s).


### 2-(3-Metoksibenziliden)malononitril sentezi (YM-18)



3-Metoksi benzaldehyt (10 mmol, 1,36 g), malononitril (10 mmol, 0,66 g) ve piroolidin (1 mmol, 0,0711 g) 12 mL'lik vida kapaklı şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (8 mL EtOH/2 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. 3 saat sonunda ürün reaksiyon ortamında çöktü. Taşlı huni ile katı ürün süzöldü ve soğuk etil alkol su karışımı ile yıkandı. Taşlı hunide kalan ürün vakum altında kurutuldu.

Verim 1,3588 gr. %74. En. 105 °C. (Lit. 105,6-106,2 °C). IR (ATR)  $V_{C\equiv N}$  2222  $cm^{-1}$ ; <sup>1</sup>H NMR (600 MHz, DMSO)  $\delta$  8.51 (d,  $J = 7.0$  Hz, 5H), 7.56 (s, 2H), 7.54 (s, 7H), 7.53 (d,  $J = 2.2$  Hz, 6H), 7.29 (dt,  $J = 7.1, 2.4$  Hz, 1H), 3.82 (s, 16H). <sup>13</sup>C NMR (151 MHz, DMSO)  $\delta$  161.88 (s), 159.94 (s), 132.92 (s), 131.19 (s), 123.43 (s), 120.72 (s), 115.65 (s), 114.61 (s), 113.68 (s), 82.37 (s), 55.89 (s).


## 2-(4-Metoksibenziliden)malononitril sentezi (YM-19)



4-Metoksi benzaldehit (10 mmol, 1,36 g), malononitril (10 mmol, 0,66 g) ve pirolidin (1 mmol, 0,0711 g) 12 mL'lik vida kapaklı şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (8 mL EtOH/2 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. 3 saat sonunda ürün reaksiyon ortamında çöktü. Taşlı huni ile katı ürün süzüldü ve soğuk etil alkol su karışımı ile yıkandı. Taşlı hunide kalan ürün vakum altında kurutuldu.

Verim 1,5516 gr. %84. En. 115,2 °C. (Lit. 113,6-114,2 °C). IR (ATR)  $\nu_{C\equiv N}$  2222 cm<sup>-1</sup>; <sup>1</sup>H NMR (600 MHz, DMSO)  $\delta$  8.41 (s, 1H), 7.99 (d, *J* = 8.9 Hz, 2H), 7.23 – 7.16 (m, 2H), 3.89 (s, 3H). <sup>13</sup>C NMR (151 MHz, DMSO)  $\delta$  164.84 (s), 160.95 (s), 133.85 (s), 124.61 (s), 115.71 (s), 115.29 (s), 114.40 (s), 77.35 (s), 56.41 (s).

## 2,2'-(1,4-Fenilenbis(metaniliden))dimalononitril sentezi (YM-20)




Tereftalaldehit (10 mmol, 1,34 g), malononitril (20 mmol, 1,32 g) ve pirolidin (1 mmol, 0,0711 g) 12 mL'lik vida kapaklı şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (8 mL EtOH/2 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. 3 saat sonunda ürün reaksiyon ortamında çöktü. Taşlı huni ile katı ürün süzüldü ve soğuk etil alkol su karışımı ile yıkandı. Taşlı hunide kalan ürün vakum altında kurutuldu.

Verim 1,9452 gr. %84. En. 212 °C. (Lit. 212 °C). IR (ATR)  $\nu_{C\equiv N}$  2222 cm<sup>-1</sup>; <sup>1</sup>H NMR (600 MHz, DMSO)  $\delta$  8.64 (s, 2H), 8.10 (s, 4H). <sup>13</sup>C NMR (151 MHz, DMSO)  $\delta$  160.32 (s), 135.83 (s), 131.34 (s), 114.31 (s), 113.24 (s), 85.21 (s).

### 3.2.2. Fulvenlerin sentezleri,


Aldehit (10 mmol) ve malononitril (10 mmol, 0,66 g) ve pirolidin (1 mmol, 0,0711 g) 12 mL'lik vida kapaklı şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (8 mL EtOH/2 mL H<sub>2</sub>O) çözülür. Süre sonunda ürün reaksiyon ortamında çöker ve taşlı huni ile katı ürün süzülür

ve soğuk etil alkol su karışımı ile yıkanır. Taşlı hunide kalan ürün vakum altında kurutulur.

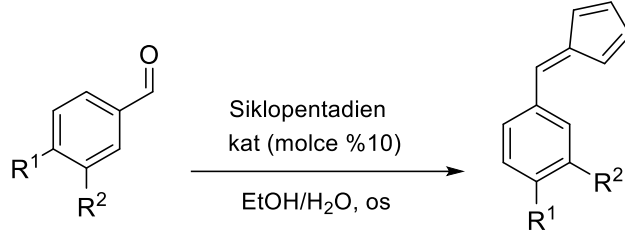


**Şekil 3.3.** Fulven sentezi genel gösterimi

### **(Siklopenta-2,4-dien-1-ylidenmetil)benzen sentezi (YM-31)**




Benzaldehit (5 mmol, 0,53 g), siklopentadien (5 mmol, 0,33 g) ve pirolidin (0,5 mmol, 0,036 g) 12 mL'lik vida kapaklı şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (4 mL EtOH/1 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. 4 saat sonunda reaksiyon buz dolabına konularak gece boyu bekletildi. Çökelti süzülüp kurutuldu.

### **1-Bromo-3-(siklopenta-2,4-dien-1-ylidenmetil)benzen sentezi (YM-32)**




3-Bromo benzaldehit (5 mmol, 0,93 g), siklopentadien (5 mmol, 0,33 g) ve pirolidon (0,5 mmol, 0,036 g) 12 mL'lik vida kapaklı şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (4 mL EtOH/1 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. 3 saat sonunda ürün reaksiyon ortamında çöktü ve çökelti süzülüp kurutuldu.

### **1-Kloro-4-(siklopenta-2,4-dien-1-ylidenmetil)benzene sentezi (YM-33)**




4-Kloro benzaldehit (5 mmol, 0,70 g), siklopentadien (5 mmol, 0,33 g) ve pirolidin (0,5 mmol, 0,036 g) 12 mL'lik vida kapaklı şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (4 mL EtOH/1 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. 3 saat sonunda ürün reaksiyon ortamında çöktü ve çökelti süzülüp kurutuldu.

### **1-(Siklopenta-2,4-dien-1-ylidenmetil)-3-metilbenzen sentezi (YM-34)**




3-Metil benzaldehit (5 mmol, 0,60 g), siklopentadien (5 mmol, 0,33 g) ve pirolidon (0,5 mmol, 0,036 g) 12 mL'lik vida kapaklı vial şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (4 mL EtOH/1 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. 3 saat sonunda ürün reaksiyon ortamında çöktü ve çökelti süzülüp kurutuldu.

### 1-(Siklopenta-2,4-dien-1-ylidenmetil)-4-metilbenzen sentezi (YM-35)




4-Metil benzaldehit (5 mmol, 0,60 g), siklopentadien (5 mmol, 0,33 g) ve pirolidon (0,5 mmol, 0,036 g) 12 mL'lik vida kapaklı şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (4 mL EtOH/1 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. 24 saat sonunda ürün reaksiyon ortamında çöktü ve çökelti süzülüp kurutuldu.

### Siklopenta-1,4-dien-1-yl(3-nitrofenil)metanol ve siklo-1,3-dien-1-yl(3-nitrofenil)metanol (1:1) sentezi (YM-36)

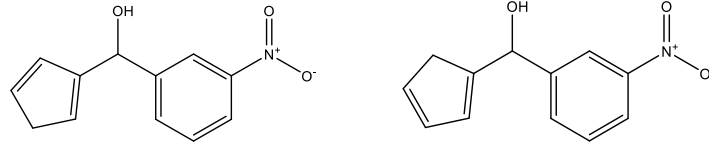


3-Nitro benzaldehit (5 mmol, 0,75 g), siklopentadien (5 mmol, 0,33 g) ve pirolidon (0,5 mmol, 0,036 g) 12 mL'lik vida kapaklı şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (4 mL EtOH/1 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. 24 saat sonunda ürün reaksiyon ortamında çöktü ve çökelti süzülüp kurutuldu. Burada oluşan ürün beklenen fulven bileşiği oluşmamıştır. Oluşan ürünler siklopenta-1,4-dien-1-yl(3-nitrofenil)metanol ve siklo-1,3-dien-1-yl(3-nitrofenil)metanol 1:1 karışımıdır (Coşkun ve Erden 2011).

### Siklopenta-1,4-dien-1-yl(4-nitrofenil)metanol ve siklo-1,3-dien-1-yl(4-nitrofenil)metanol (1:1) sentezi (YM-37)

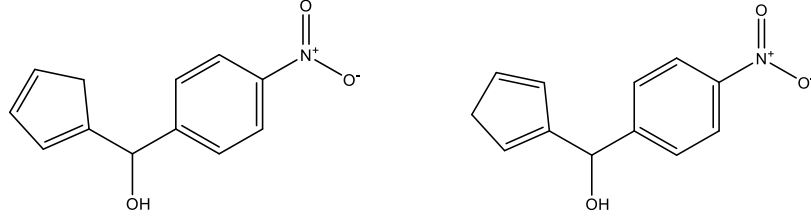


4-Nitro benzaldehit (5 mmol, 0,75 g), siklopentadien (5 mmol, 0,33 g) ve pirolidon (0,5 mmol, 0,036 g) 12 mL'lik vida kapaklı vial şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (4 mL EtOH/1 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. 24 saat sonunda ürün reaksiyon ortamında çöktü ve çökelti süzülüp kurutuldu. Burada oluşan ürün beklenen fulven bileşiği oluşmamıştır. Oluşan ürünler siklopenta-1,4-dien-1-yl(4-nitrofenil)metanol ve siklo-1,3-dien-1-yl(4-nitrofenil)metanol 1:1 karışımıdır (Coşkun ve Erden 2011).

#### 1-(Siklopenta-2,4-dien-1-ylidenmetil)-3-metoksibenzen sentezi (YM-38)



3-Metoksi benzaldehit (5 mmol, 0,68 g), siklopentadien (5 mmol, 0,33 g) ve pirolidon (0,5 mmol, 0,036 g) 12 mL'lik vida kapaklı şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (4 mL EtOH/1 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. 24 saat sonunda ürün reaksiyon ortamında çöktü ve çökelti süzülüp kurutuldu.


#### 1-(Siklopenta-2,4-dien-1-ylidenmetil)-4-metoksibenzen sentezi (YM-39)



4-Metoksi benzaldehit (5 mmol, 0,68 g), siklopentadien (5 mmol, 0,33 g) ve pirolidon (0,5 mmol, 0,036 g) 12 mL'lik vida kapaklı şişe içerisinde etil alkol-su karışımında (4 mL EtOH/1 mL H<sub>2</sub>O) çözüldü. 6 saat sonunda ürün reaksiyon ortamında çöktü ve çökelti süzülüp kurutuldu.

### 3.3. Yüzeylerin Hazırlanması ve Test Edilmesi

Yapılan denemelerde her kimyasal için 2 adet SMC parça uygulaması gerçekleştirildi. Yüzeyi modifiye edilen parçalardan bir tanesi boyandı ve boya yapışma testleri uygulandı. Yüzeyi modifiye edilen ikinci SMC parça üzerinden su damlası temas açısı ölçümleri gerçekleştirildi. Çalışmanın uygulama şeması Şekil 3.4’de verilmiştir. İşlem görmemiş SMC’nin su damlası temas açısı ölçümü  $78,26^\circ (\pm 2,14)$  olarak ölçülmüştür. Su damlası temas açıları, adhezyon test sonuçları ve çapraz kesim sonuçları tablolarda verilmiştir. Denenen bileşiklerin SMC ile etkileşimi FTIR-ATR spektrumları üzerinden incelenmiştir.

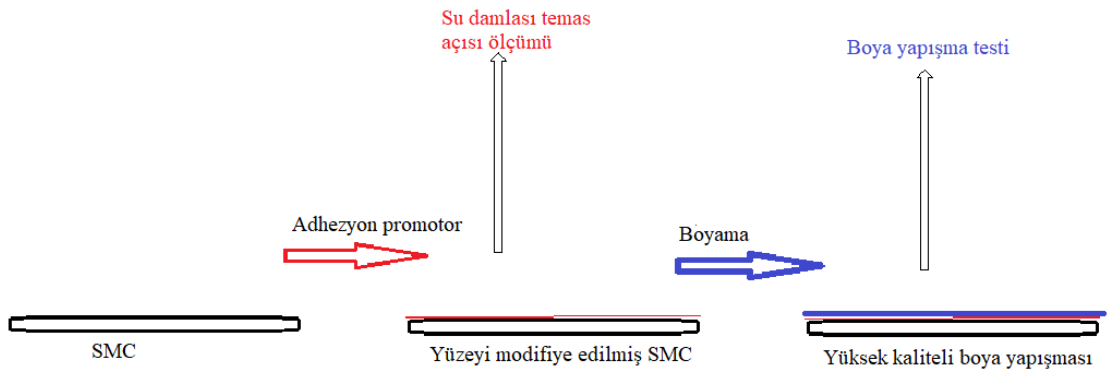


**Şekil 3.4.** Çalışmada takip edilen uygulama şeması

#### **4. BULGULAR VE TARTIŞMA**

İlk olarak Çizelge 4.1’de verilen bir seri arilamin bileşikleri ile deneme gerçekleştirildi.

**Çizelge 4.1.** Arilamin bileşikleri formül tablosu

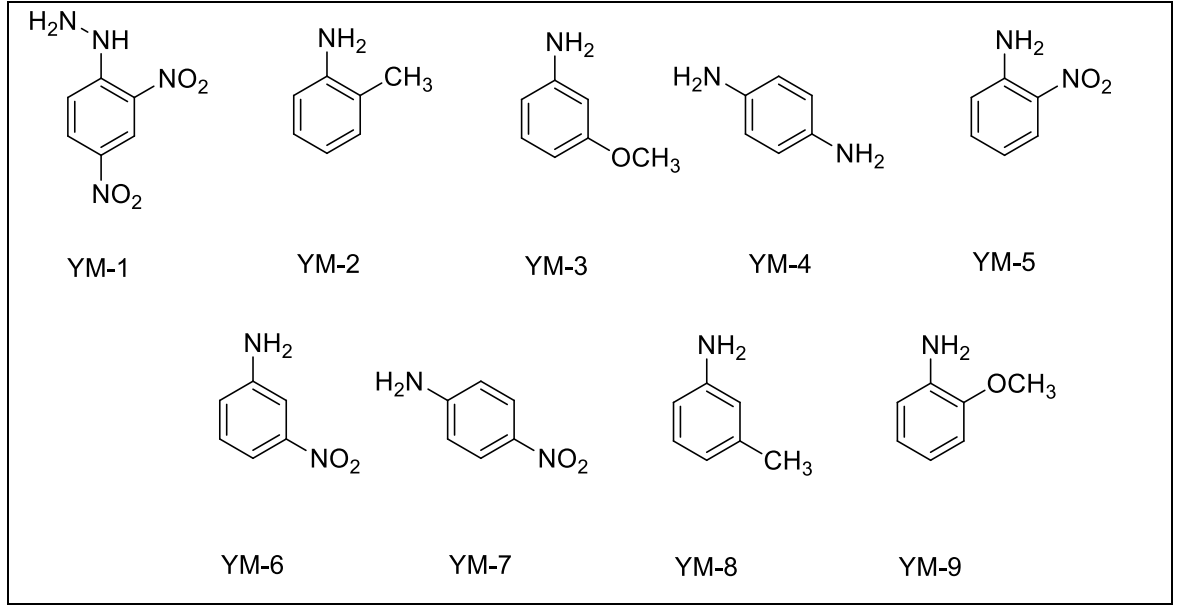


Yapılan çapraz kesim testleri sonucunda arilamin grubu bileşik serisinden başarılı sonuç elde edilmedi. Yapılan temas açısı ölçümlerinde yeterli sonuçlar alınsa da boya tutunması sağlanamadı (Çizelge 4.2.). Bu olumsuz durumun arilaminlerin boya ile uyumsuzluğundan olduğu öngörüldü.

**Çizelge 4.2.** Arilamin grubu test sonuçları tablosu

Bileşik	Boya Yapışması (psi)	Su Damlası Temas Açısı (°)	Cross-cut
YM-1	239	61,75(±3,51)	2B
YM-2	275	47,57(±12,92)	2B
YM-3	185	56,36(±7,56)	0B
YM-4	337	75,82(±5,96)	0B
YM-5	227	61,54(±4,42)	0B
YM-6	74	59,44(±12,47)	0B
YM-7	291	43,35(±6,69)	0B
YM-8	188	61,75(±9,66)	2B
YM-9	322	63,94(±9,37)	2B

Yüzey modifikasyonu sonrası SMC yüzeyinden alınan FTIR-ATR spektrumları kimyasalların SMC yüzeyine başarılı bir şekilde yüklendiğini gösterdi (Şekil 4.1.).

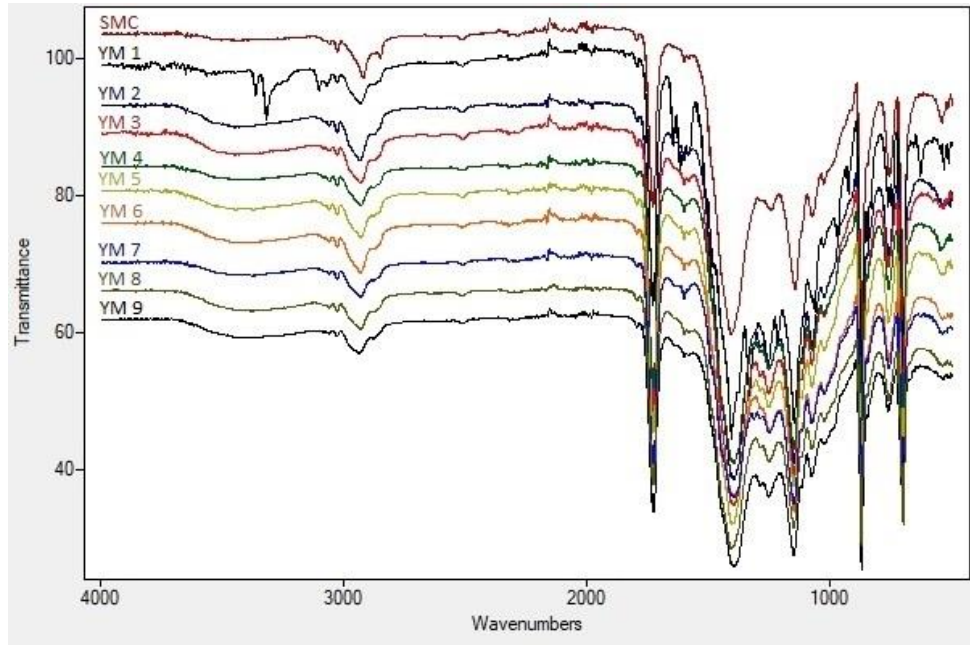


**Şekil 4.1.** Arilamin bileşiklerinin SMC üzerinden FTIR-ATR spektrumları




Alınan sonuçlarda fenil hidrazin incelendiğinde aromatik halka üzerinde güçlü elektron çekici grup varlığında sonuçların göreceli olarak daha iyi olduğu tespit edildi. Bu durumun varlığı bir dizi ikincil aromatik amin (diarilaminler) denemeleri için öncül bilgi vermiş oldu. Arilamin grubu serisi için temas açısı ölçümleri her bileşik için işlem görmemiş SMC yüzeyinden daha düşük olduğunu gösterdi (Çizelge 4.2.). YM-1, YM-2, YM-8 ve YM-9 çapraz kesim sonuçları işlem görmemiş SMC'den nispeten daha iyi sonuç vermesine rağmen başarılı kabul edilmedi.

Şekil 4.2.'te işlem görmemiş SMC yüzeyinin ve Şekil 4.3.'te YM-1 ile modifiye edilmiş SMC yüzeylerin SEM görüntüleri verilmiştir. SMC yüzeyinde modifikasyon sonrası kimyasal birikme görülmektedir.

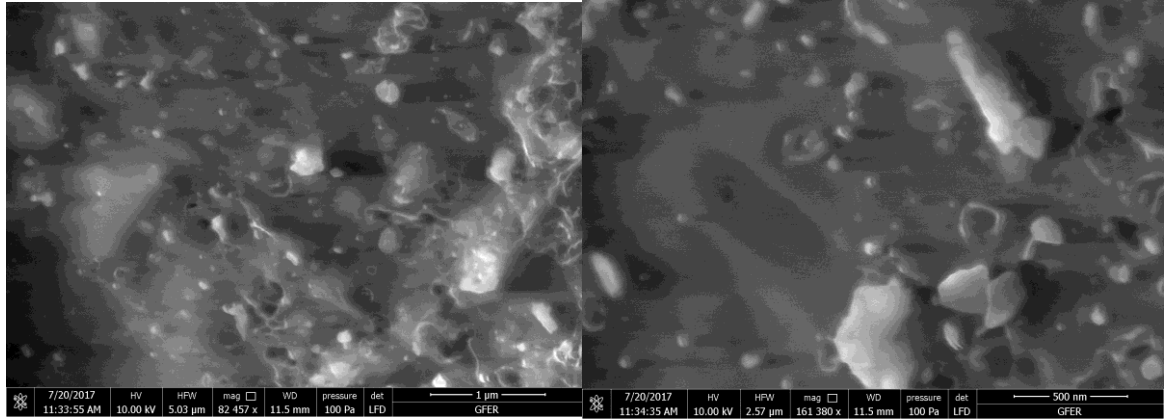


Şekil 4.2. İşlem görmemiş SMC yüzeyinin SEM görüntüsü

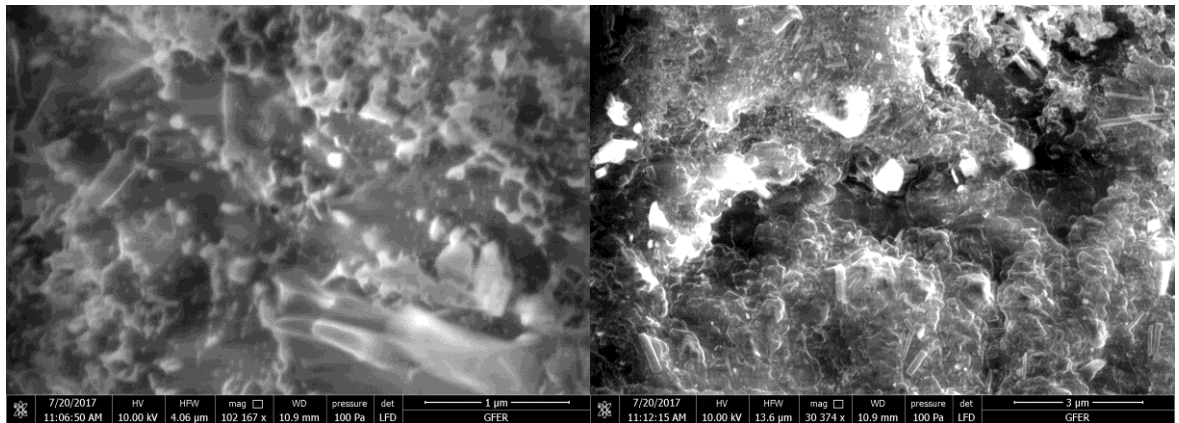


**Şekil 4.3.** YM-1 ile modifiye edilmiş SMC yüzeyinin SEM görüntüsü

İşlem görmemiş SMC yüzeyinin EDS spektrumu alındığında yüzeyde C, O ve Ca atomları görülmektedir (Şekil 4.4.). YM-1 ile modifiye edilmiş SMC yüzeyinin EDS spektrumu alındığında SMC piklerine ek olarak N atomuna ait pikin oluşması yüzeyde kimyasalın biriktiğini doğrulamaktadır (Şekil 4.5.).

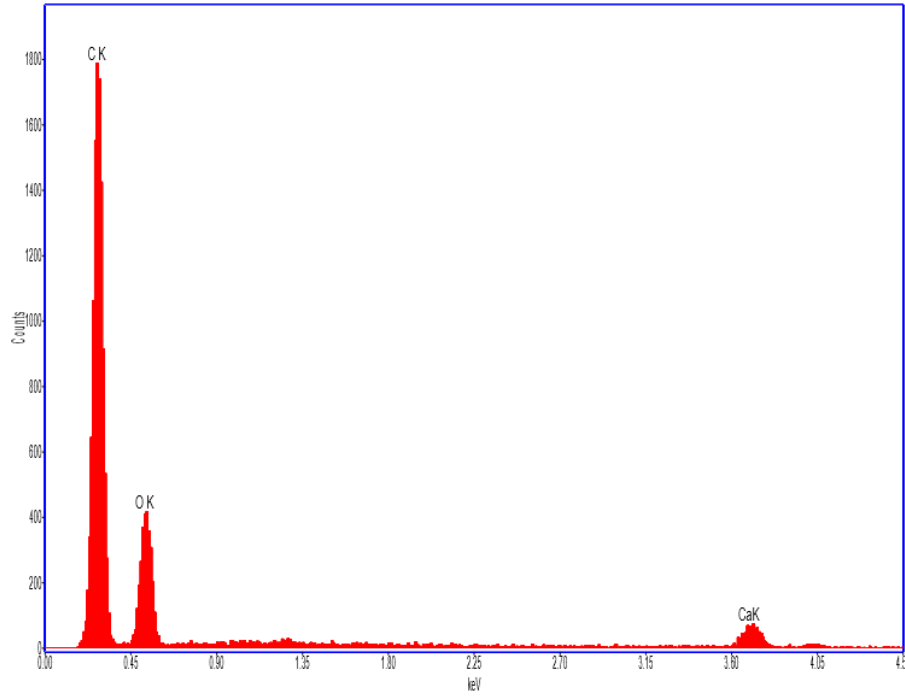


**Şekil 4.4.** İşlem görmemiş SMC yüzeyinin EDS spektrumu

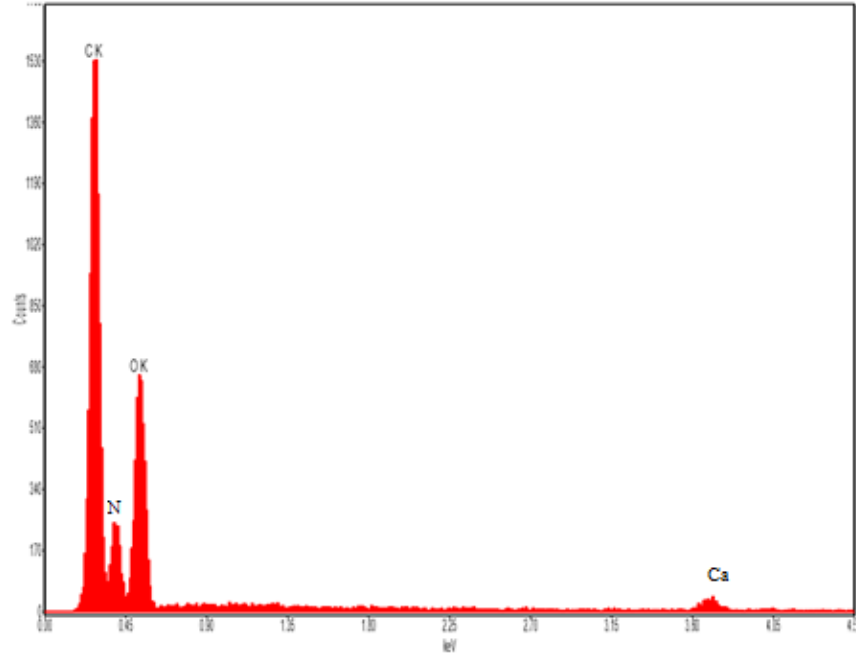


**Şekil 4.5.** YM-1 ile modifiye edilmiş SMC yüzeyinin EDS spektrumu

Çizelge 4.3'te belirtilen ikincil aromatik aminlerin aynı şartlar altında SMC yüzeyine uygulanması sağlandı. Uygulama sonrası modifiye edilmiş SMC yüzeylerinin FTIR-ATR spektrumları Şekil 4.6'da verilmiştir.

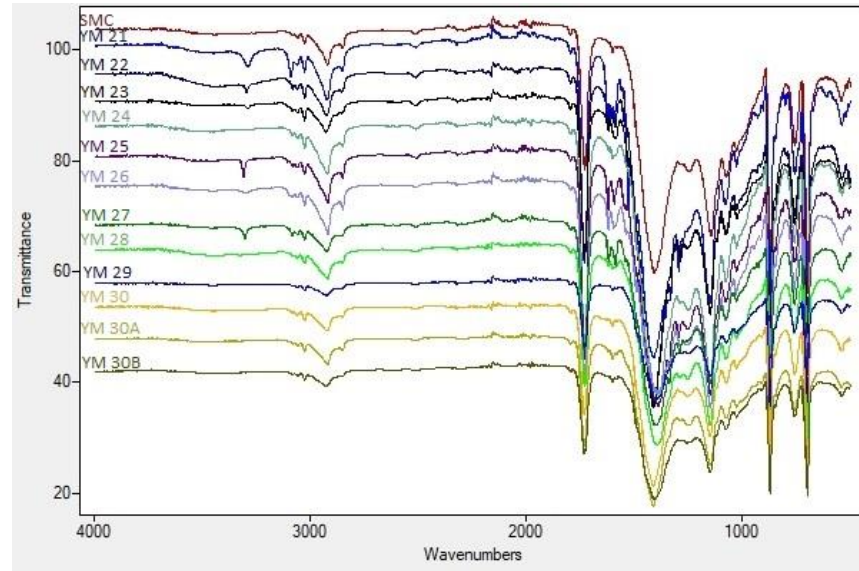


**Şekil 4.6.** Diarilamin bileşiklerinin SMC üzerinden FTIR-ATR spektrumları

**Çizelge 4.3.** Diarilamin bileşikleri formüller tablosu

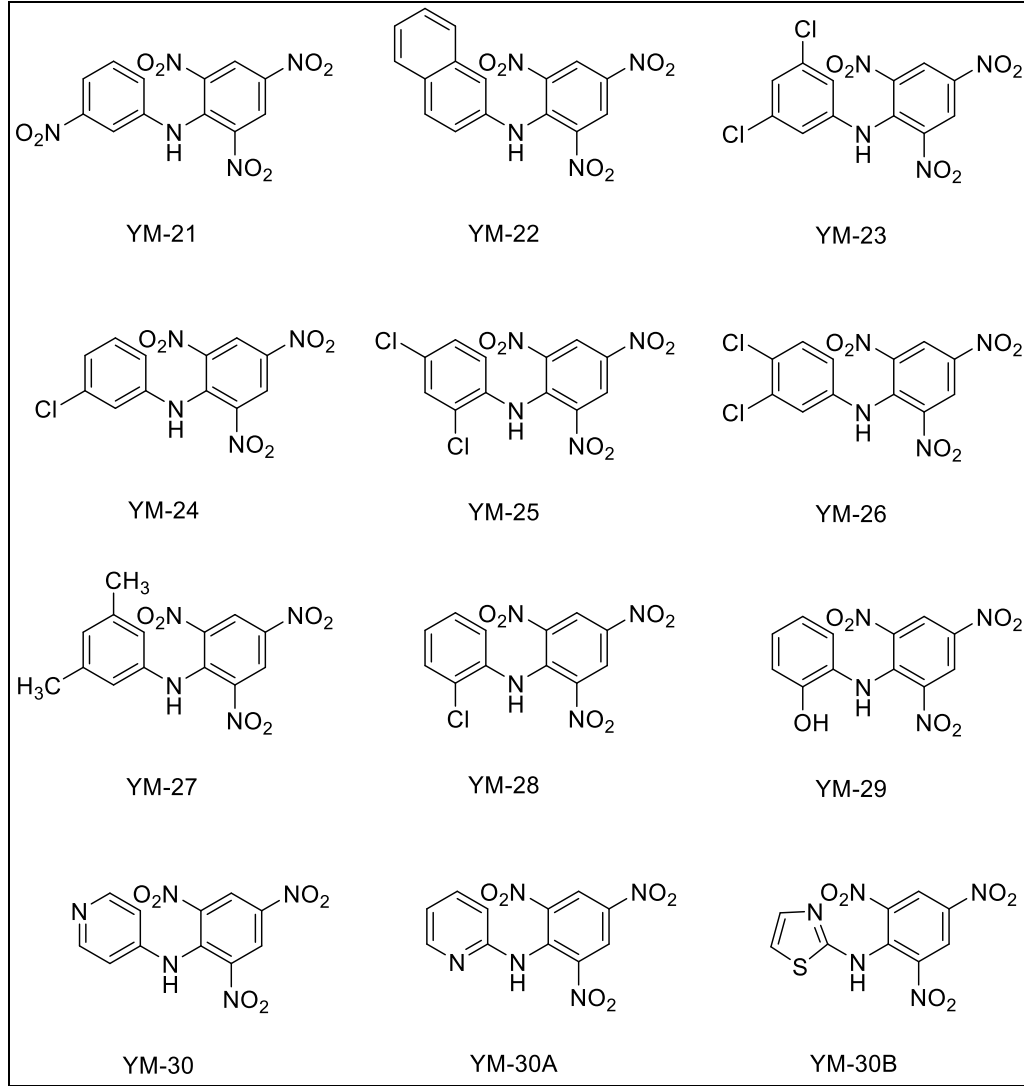

Spektrumlar incelendiğinde YM-21, YM-23, YM-25 ve YM-26 uygulamaları sonrası spektrumda  $3290\text{ cm}^{-1}$ 'de N-H pikleri belirgin olarak, aminden kaynaklı C=C titreşimleri  $1620\text{ cm}^{-1}$  ve  $1592\text{ cm}^{-1}$ 'de gözlenmektedir. C=O bandında herhangi bir değişim gözlemlenmedi.

SMC matrisi içerisindeki elektronca zengin aromatik halkalar ile 2,4,6-trinitrofenil grupları arasında etkileşim varsayımı ve nükleofilik NH grubu akrilat esaslı otomotiv boyası ile Michael katılması gerçekleştirdiği Şekil 4.7'de gösterilmiştir.

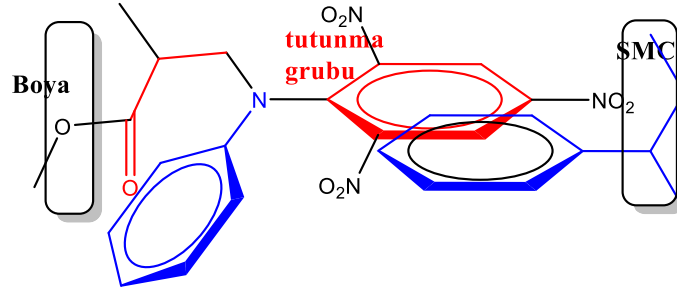

**Şekil 4.7.** Diarilaminler ile SMC arasındaki  $\pi$ - $\pi$  etkileşim ve Boya ile Michael Katılması


Diarilaminlerin tümünün çapraz kesim testinden geçtiği Çizelge 4.4'ten de görülmektedir. YM-21, YM-22, YM-28 ve YM-29 hariç diğer tüm diarilaminlerin su damlası temas açısını arttırdığı görüldü. Su damlası temas açısındaki değişimlere rağmen her örnek Çizelge 4.2'de görüldüğü gibi eşit kalitede boyandı ve iyi derecede çapraz kesim test sonucu verdi.

**Çizelge 4.4.** Diarilamin grubu test sonuçları tablosu

Bileşik	Boya Yapışması (psi)	Su Damlası Temas Açısı (°)	Cross-cut
YM-21	208	63,94(±9,37)	5B
YM-22	227	60,5(±5,72)	5B
YM-23	226	83,4(±1,61)	5B
YM-24	247	92,65(±1,62)	5B
YM-25	155	81,97(±3,07)	5B
YM-26	146	83,1(±0,62)	5B
YM-27	219	83,66(±1,44)	4B
YM-28	217	66,34(±27,4)	5B
YM-29	176	76,79(±2,71)	4B
YM-30	193	93,39(±1,69)	4B
YM-30A	124	82,41(±6,57)	3B
YM-30B	208	83,79(±0,9)	5B

Ylidenmalononitril (Çizelge 4.5) denemelerinde boya yapışması bazı örneklerde sağlanabildi. Boya yapışması ile ylidenmalononitril bileşiğinde bulunan fonksiyonel grupların Hammet sabitleri arasında bir korelasyon tespit edilemedi.

**Çizelge 4.5.** Ylidenmalononitril bileşikleri formül tablosu

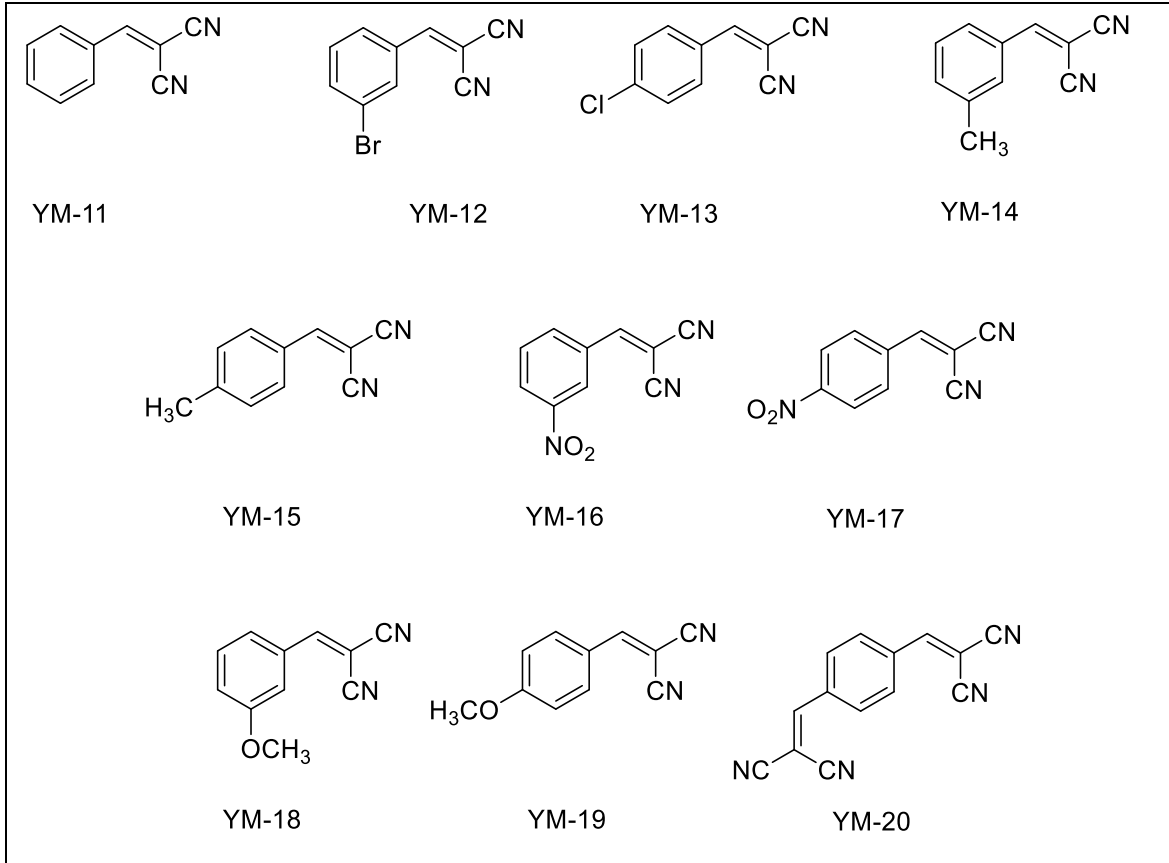


Ylidenmalononitril serisi bileşikler SMC yüzeyine uygulandıklarında yüzeyin hidrofilitisini arttırdığı su damlası temas açısı ölçümlerinden görülmektedir (Çizelge 4.6.). Tüm ylidenmalononitril bileşiklerinin uygulama sonrası su damlası temas açıları işlem görmemiş SMC yüzeyine göre daha düşük sonuç vermiştir. Fenil grubundaki süstitüentlerin para konumunda H (YM-11) ve Cl (YM-13) olduğunda yapışma özelliği cross-cut testinden geçemedi. En iyi cross-cut sonuçları aromatik halka üzerindeki süstitüentlerin elektron çeken m-Br (YM-12), p-NO<sub>2</sub> (YM-17) ve p-(CN)<sub>2</sub>CCH (YM-20) olduğu bileşiklerde elde edildi (Çizelge 4.6.).

**Çizelge 4.6.** Ylidenmalononitril bileşik serisi test sonuçları ve Hammet sabitleri

Bileşik	Boya Yapışması (psi)	Su Damlası Temas Açısı (°)	Cross-cut	Hammet Sabiti ( $\sigma$ )
YM-11	147	63,4	0	0
YM-12	324	34,42	5	0,36
YM-13	297	47,88	0	0,21
YM-14	184	54,67	1	-0,11
YM-15	237	67,04	3	-0,19
YM-16	230	42,8	4	0,66
YM-17	250	60,65	5	0,75
YM-18	239	53,99	3	0,05
YM-19	244	59,02	4	0,4
YM-20	304	54,36	5	0,53

Su damlası temas açısı değerleri ile boyanabilirlik arasında tam bir korelasyon tespit edilemedi. YM-12 ( $34,42^\circ$ ) en düşük su damlası temas açısına sahip iken YM-17 ( $60,65^\circ$ ) daha yüksek su damlası temas açısına sahip olmasına rağmen aynı cross-cut sonucunu vermişlerdir. Bu durum SMC yüzeyi ile akrilat bazlı boyanın yüzey modifiye edicilerin arasındaki moleküller arası etkileşimlerin varlığı olarak yorumlanmıştır. Güçlü elektron çekici grupların varlığı halkayı pozitif yüklü hale getirdiği ve nitril grubunun negatif yükler kazandığı varsayılarak açıklanmaktadır. SMC matrisinde var olan doymamış polyesterin ester gruplarındaki oksijen atomlarının n-elektronları ve modifiye edicilerin elektron eksikliği olan aromatik halkaları arasında kovalent olmayan etkileşim olmaktadır (Şekil 4.8.). Kısmen negatif yüklü azot atomları yukarı yönde yönelerek akrilat bazlı otomotiv boyası ile dipol-dipol etkileşim ile güçlü yapışma sağlamaktadır.

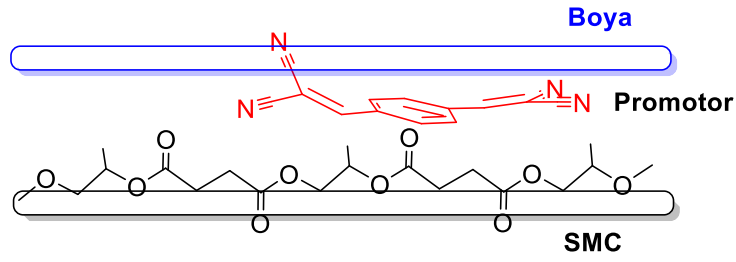

**Şekil 4.8.** Doymamış polyester ile YM-20 arasındaki etkileşimin gösterimi

Bu etkileşimlerin ispatı için DMSO-d<sub>6</sub> içerisinde farklı sıcaklıklarda YM-20, tereftalaldehit ve bu ikisinin birlikte farklı sıcaklıklarda  $T_1$  analizleri gerçekleştirildi. Tereftalik asit ile benzerliği ve hidrojene sahip olmasından dolayı ölçümler tereftalaldehit ile gerçekleştirildi. İlk olarak aldehit bileşiğinin <sup>1</sup>H NMR spektrumu farklı sıcaklıklarda ölçüldü, aldehit ve aromatik protonları için kimyasal kaymalar tespit edildi. Aynı protonlar için  $T_1$  durulma süreleri ölçüldü (Çizelge 4.7.). Benzer ölçümler YM-20 içinde gerçekleştirildi (Çizelge 4.8.). Daha sonra eşit miktarda aldehit ve YM-20 DMSO-d<sub>6</sub> içerisinde karıştırıldı ve <sup>1</sup>H NMR ölçümleri ile  $T_1$  durulma süreleri ölçüldü (Çizelge 4.9.). Burada A aldehitin aldehit protonunu, B aldehitin aromatik protonunu göstermektedir.

**Çizelge 4.7.** Farklı sıcaklıklardaki tereftalaldehit protonlarının durulma süreleri

T (K)	$\delta^A$	$\delta^B$	$T_1^A$ (s)	$T_1^B$ (s)
300	10,15	8,12	3,339	3,111
303	10,15	8,12	3,589	3,274
308	10,15	8,12	3,563	3,261
313	10,15	8,12	4,258	3,867


Karışımındaki bileşikler için önemli bir kimyasal kayma tespit edilmedi. Buna rağmen durulma sürelerinde ciddi değişimler görüldü. Aldehite ait protonların karışım içerisindeki durulma sürelerinde artış tespit edildi (Çizelge 4.7.). Burada C benzilidenmalononitrilin vinilik protonunu, D benzilidenmalononitrilin aromatik protonunu göstermektedir.



**Çizelge 4.8.** Farklı sıcaklıklardaki YM-20 protonlarının durulma süreleri

T (K)	$\delta^C$	$\delta^D$	$T_1^C$ (s)	$T_1^D$ (s)
300	8,64	8,10	2,463	1,884
303	8,63	8,10	2,509	1,932
308	8,63	8,10	2,639	2,008
313	8,62	8,10	2,803	2,121

Yapılan  $T_1$  ölçümlerinin sonuçlarının yorumlarına göre aldehit ile YM-20 arasında Şekil 4.9.'da gösterildiği gibi bir etkileşim söz konusu olabilmektedir. Aldehit ve YM-20'nin vinilik protonları aromatik protonlar ile karşılaştırıldığında daha belirgin olmaktadır (Çizelge 4.10) . Bu iki molekül arasındaki etkileşimde aldehit oksijeni ile  $\pi$ -konjüge sistemin vinilik kısmına daha yakın olan noktalardan olması gerektiği varsayımına neden olmaktadır.

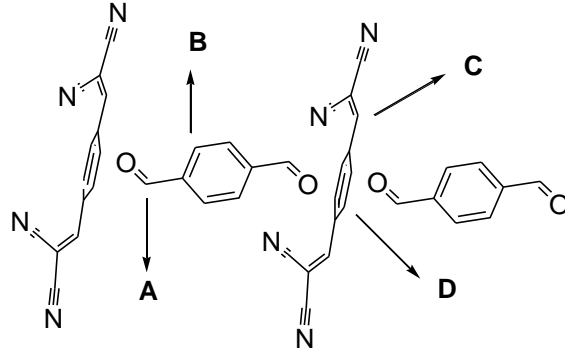

**Şekil 4.9.** Aldehit ile YM-20 arasındaki etkileşimin gösterimi

**Çizelge 4.9.** Farklı sıcaklıklardaki YM-20 ve aldehit karışımının protonları durulma süreleri


T (K)	$\delta^A$	$\delta^B$	$\delta^C$	$\delta^D$	$T_1^A$ (s)	$T_1^B$ (s)	$T_1^C$ (s)	$T_1^D$ (s)
300	10,14	8,12	8,63	8,1	4,213	3,471	2,326	1,825
303	10,14	8,12	8,63	8,1	4,437	3,646	2,373	1,847
308	10,14	8,12	8,62	8,1	4,854	3,911	2,478	1,92
313	10,15	8,12	8,62	8,1	5,179	4,199	2,58	1,995

SMC'nin daldırıldığı DMSO içerisindeki YM-20 çözeltisi NMR'da incelendiğinde SMC parçadan çözücüye herhangi bir geçiş olmadığı tespit edildi.

**Çizelge 4.10.** Aldehit ve YM-20 ile karışım halindeki pik kaymaları ve durulma süreleri % değişimleri

T (K)	$T_1^A$	$T_1^B$	$T_1^C$	$T_1^D$
300	26,18	11,57	-5,56	-3,13
303	24,63	11,36	-5,42	-3,95
308	36,23	19,93	-6,10	-4,38
313	21,63	8,59	-7,96	-5,94

Aldehit ve YM-20 bileşiklerinin  $T_1$  analiz sonuçları incelendiğinde NMR'ın en temel prensibi olan sıcaklık ile süre uzaması Şekil 4.10'de gösterildiği gibi doğrulanmaktadır.

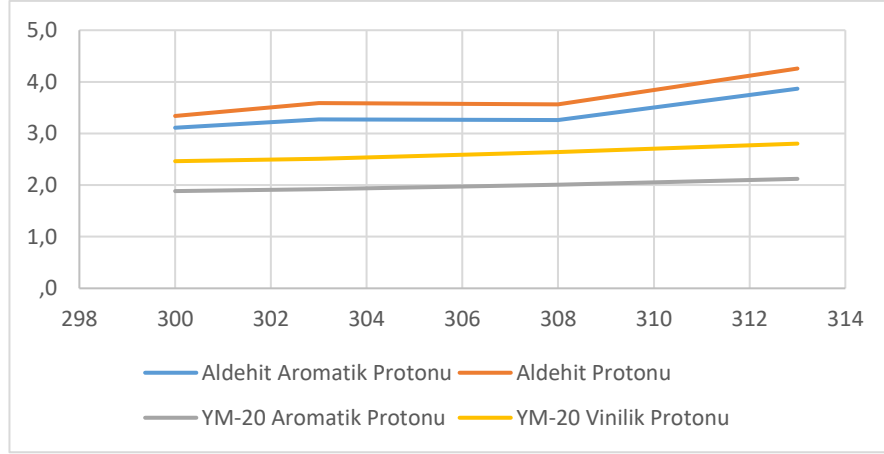

**Şekil 4.10.** Ölçümü yapılan protonların sıcaklık ile  $T_1$  süresi değişimleri grafiği

SMC'lerin doymamış ester ile stirenin kopolimerizasyonundan kaynaklanan nispeten yüksek apolar bileşenlere sahip olduğunu göz önüne alarak DMSO-d<sub>6</sub>'da toluen (Çizelge 4.11.) ve YM-20 (Çizelge 4.8.) için  $T_1$  ölçümleri yapıldı. Ölçümler arasındaki farklar Çizelge 4.12.'de, yüzde değişimler çizelge 4.13'da verilmiştir. Her iki bileşik içinde tüm protonların durulma sürelerindeki artış moleküller arasındaki etkileşimi kanıtlamaktadır. Burada E toluenin m-aromatik protonunu, F toluenin o-aromatik protonunu, G toluenin p-aromatik protonunu, H toluenin metil protonunu göstermektedir.

**Çizelge 4.11.** Farklı sıcaklıklardaki toluen protonlarının durulma süreleri


Sıcaklık (K)	$\delta^E$	$T_1^E$ (s)	$\delta^F$	$T_1^F$ (s)	$\delta^G$	$T_1^G$ (s)	$\delta^H$	$T_1^H$ (s)
300	7,27	7,8	7,18	7,51	7,15	8,1	2,31	4,85
303	7,27	8,65	7,18	8,29	7,15	8,84	2,31	5,29
308	7,27	9,27	7,18	8,90	7,15	9,55	2,31	5,63
313	7,27	9,91	7,18	9,48	7,15	10,16	2,31	5,96

**Çizelge 4.12** Saf tolüen ve YM-20'nin karışım halinde durulma süreleri

Sıcaklık (K)	$T_1^E$	$T_1^F$	$T_1^G$	$T_1^H$	$T_1^D$	$T_1^C$
300	9,04	8,78	10,11	5,35	1,93	2,64
303	9,72	9,26	10,05	5,62	1,96	2,73
308	10,57	10,08	10,53	6,00	2,03	2,88
313	12,05	11,33	12,03	6,54	2,17	3,08

**Çizelge 4.13.** Saf tolüen ve YM-20 ile karışım halindeki durulma süreleri % değişimleri

Sıcaklık (K)	$T_1^E$	$T_1^F$	$T_1^G$	$T_1^H$	$T_1^D$	$T_1^C$
300	15,86	16,87	24,78	10,42	2,60	6,98
303	12,40	11,75	13,72	6,26	1,98	8,73
308	13,96	13,33	10,28	6,58	1,25	9,06
313	21,54	19,49	18,41	9,76	2,50	9,74

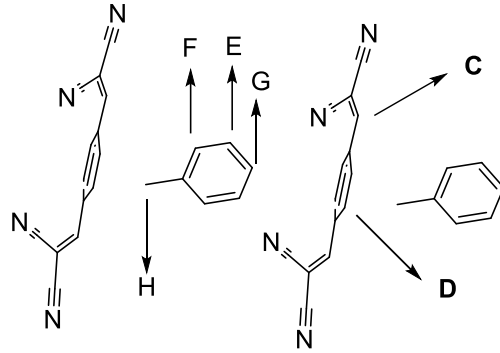


**Şekil 4.11.** Tolüen ile YM-20 arasındaki etkileşimin gösterimi

Yapılan ölçümler sonucunda tolüen ve YM-20 bileşiğinin Şekil 4.11'de gösterildiği gibi etkileşimde olacağı tahmin edilmiştir.

Benzer bir çalışmada boya yapışması zayıf olan ve üzerinde fonksiyonel grup bulundurmayan YM-11 bileşiği ile gerçekleştirildi. Çalışmada YM-11 bileşiğinin  $T_1$  süreleri ölçülerek Çizelge 4.14'te verilmiştir. Burada I YM-11'in vinilik protonunu, J o-aromatik protonunu, K benzilidenmalononitrilin p-aromatik protonunu, L o-aromatik protonunu göstermektedir.

**Çizelge 4.14.** Farklı sıcaklıklardaki YM-11 protonlarının durulma süreleri

Sıcaklık (K)	$\delta^I$	$T_1^I$ (s)	$\delta^J$	$T_1^J$ (s)	$\delta^K$	$T_1^K$ (s)	$\delta^L$	$T_1^L$ (s)
300	8,56	3,211	7,96	2,733	7,7	3,152	7,63	2,735
303	8,55	3,295	7,96	2,83	7,7	3,19	7,63	2,832
308	8,55	3,606	7,96	3,098	7,7	3,555	7,63	3,093
313	8,55	3,863	7,96	3,345	7,7	3,816	7,63	3,343

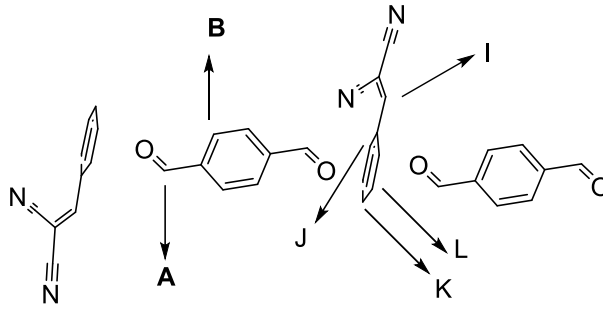

**Şekil 4.12.** Aldehit ile YM-20 arasındaki etkileşimin gösterimi

YM-11 bileşiği ve aldehit arasındaki etkileşimin diğer örnekler ile benzer şekilde Şekil 4.12'te gösterildiği gibi olması beklenmektedir. Çizelge 4.15'de YM-11 ve aldehitin karışım halindeki ölçüm sonuçları ve çizelge 4.16'te ölçümlerin % değişimleri verilmiştir.

**Çizelge 4.15.** Farklı sıcaklıklardaki YM-11 ve aldehit karışımının protonları durulma süreleri


Sıcaklık (K)	$\delta^B$	$T_1^B$ (s)	$\delta^A$	$T_1^A$ (s)	$\delta^I$	$T_1^I$ (s)	$\delta^J$	$T_1^J$ (s)	$\delta^K$	$T_1^K$ (s)	$\delta^L$	$T_1^L$ (s)
300	8,1218	3,638	10,1441	4,129	8,56	3,171	7,96	2,701	7,7	3,112	7,63	2,7
303	8,1219	3,811	10,1456	4,350	8,55	3,334	7,96	2,835	7,7	3,269	7,63	2,843
308	8,1221	4,171	10,1458	4,736	8,55	3,617	7,96	3,077	7,7	3,552	7,63	3,089
313	8,1199	4,517	10,1483	5,185	8,55	3,888	7,96	3,334	7,7	3,86	7,63	3,341

Yapılan ölçüm sonuçları incelendiğinde bileşiklerin  $T_1$  ölçümlerindeki değişimlerin yönleri YM-20 ile aynı ancak oran olarak oldukça düşük olmaktadır. Burada YM-20 bileşiğindeki güçlü elektron çekici grupların varlığının etkileşimi güçlendirdiğini ispat etmektedir. YM-11 gibi elektron çekici grubu bulunmayan örnekte de etkileşim var olduğunu ancak boya yapışmasına yetecek düzeyde olmadığını göstermiştir.


**Çizelge 4.16.** Aldehit ve YM-11 ile karışım halindeki durulma süreleri % değişimleri

Sıcaklık (K).	$T_1^A$ (s)	$T_1^B$ (s)	$T_1^I$ (s)	$T_1^J$ (s)	$T_1^K$ (s)	$T_1^L$ (s)
300	23,66	16,94	-1,25	-1,17	-1,27	-1,28
303	21,20	16,40	1,18	0,18	2,48	0,39
308	32,92	27,91	0,31	-0,68	-0,08	-0,13
313	21,77	16,81	0,65	-0,33	1,15	-0,06


Toluen (Şekil 4.13) ve YM-20 (Şekil 4.14) bileşikleri için DMSO- $d_6$  içerisinde DOSY NMR deneyleri gerçekleştirildi. Deney sonucunda piklerin hareketliliğinin değiştiği Şekil 4.15’de görülmektedir. YM-20 bileşiğine ait protonlar çözücü içerisinde daha yavaş hareket etmeye başlamakta ve tolüen bileşiğine ait protonlar kısmen hızlanmaktadır.

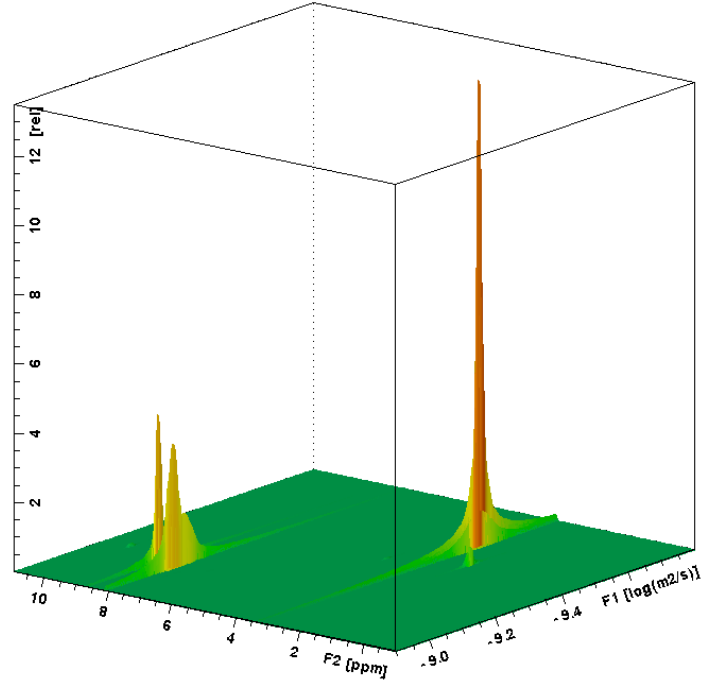

Şekil 4.13. YM-20 bileşğinin DMSO-d<sub>6</sub> içerisindeki DOSY sonucu

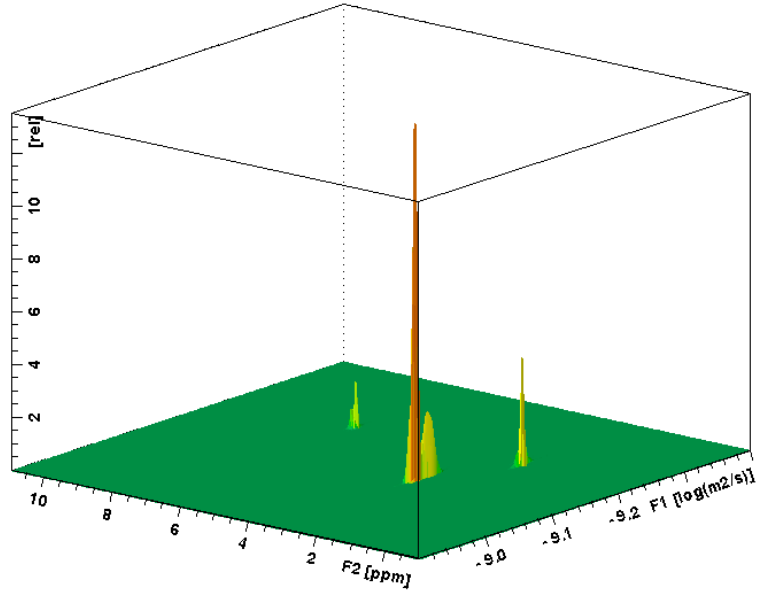

Şekil 4.14. Toluen bileşğinin DMSO-d<sub>6</sub> içerisindeki DOSY sonucu

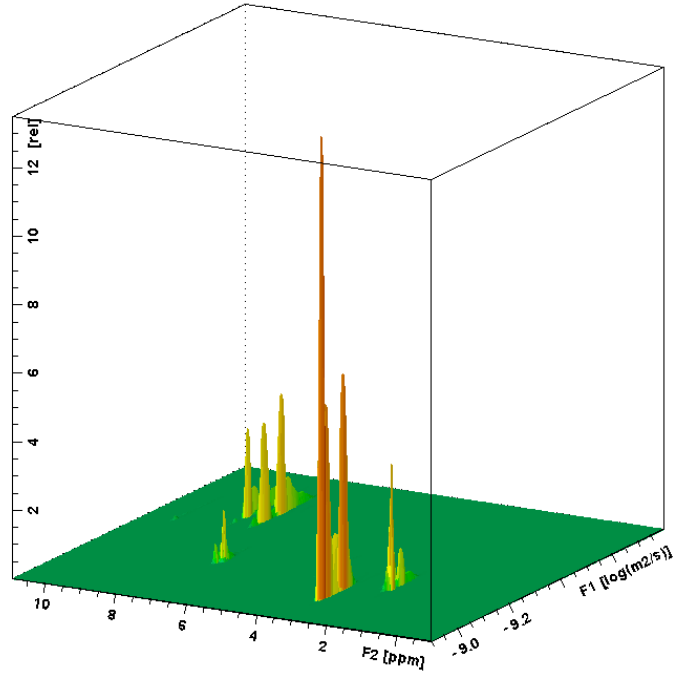


**Şekil 4.15.** Toluen ve YM-20 bileşiklerinin DMSO-d<sub>6</sub> içerisindeki DOSY sonucu

Aynı zamanda SMC parça kesilip incelendiğinde yüzey modifiye edici kimyasalın SMC parçaya yüzeyden içeri doğru nüfus ettiğini göstermiştir. İçeride difüzyon ile yüzey modifiye edici daha geniş bir yüzeyde kaplama yapmaktadır. Bu durumda boya için daha fazla tutunma alanı oluşturmaktadır.


Bir cam yüzeyine SMC parçaların boyamasında kullanılan boya sürülerek kurutuldu ve bu boya kaplı cam levha yüzey modifiye edici kimyasala daldırılıp SMC yüzeyi modifiye edilir gibi aynı işlemlere maruz bırakıldı. Uygulama sonrası modifiye edici kimyasal ile kaplı boyanın FTIR-ATR spektrumları alındı (Şekil 4.16). Bu spektrumlar yüzey modifiye edici ile boya etkileşiminin -CN grupları üzerinden olduğunu göstermiştir. Spektrumlar incelendiğinde yüzey modifiye edicide var olan -CN gruplarının soğurum bantlarının uygulama sonrası kaybolduğu gözlemlenmiştir.



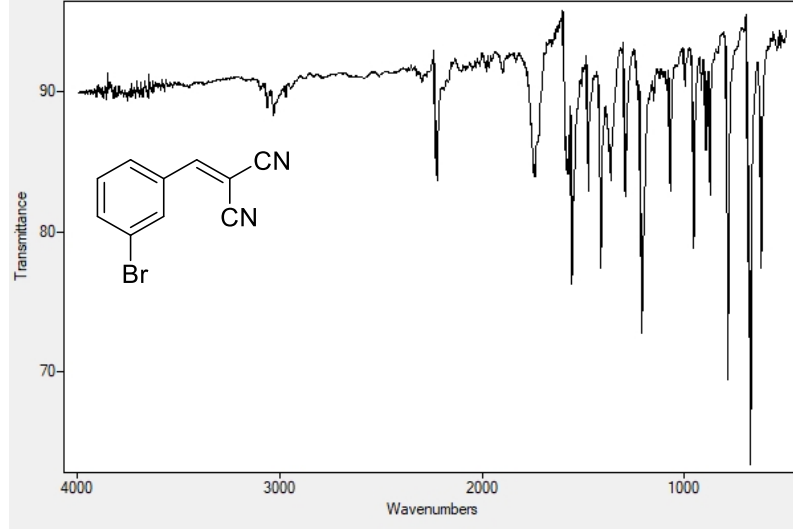


**Şekil 4.16.** YM-12 FTIR-ATR spektrumu

Spektrumda  $2222\text{ cm}^{-1}$ 'de soğurum bandı net bir şekilde görülmektedir. Boya üzerine aynı kimyasal uygulanıp kurutulduğunda;

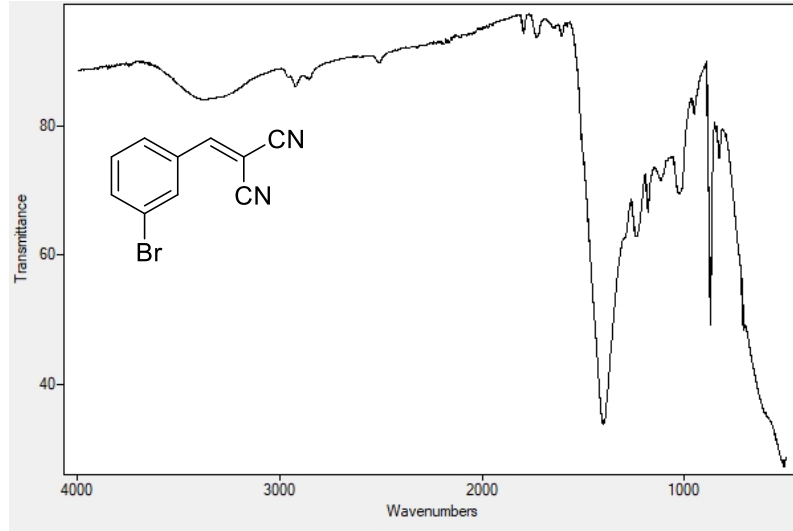

**Şekil 4.17.** YM-12'nin boya üzerinden FTIR-ATR spektrumu

Şekil 4.17'de görüldüğü üzere  $2222\text{ cm}^{-1}$ 'deki soğurum bandının kaybolduğu görülmektedir.

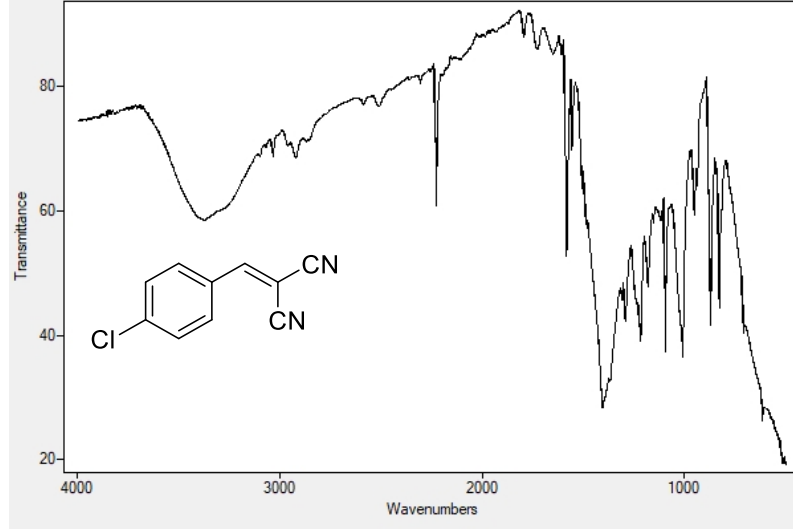

**Şekil 4.18.** YM-13'nin SMC yüzeyindeki FTIR-ATR spektrumu


Şekil 4.18'de gösterildiği gibi -CN gruplarının soğurum bandı başarısız denemelerde gözükme devam etmektedir.

Fulven grubu bileşik serisinde tüm denemeler başarılı kabul edilmektedir. Siklopentadien kısım kuvvetli elektron çekici bir yapı olduğundan tüm sonuçları olumlu olarak etkilemiştir. Siklopentadien varlığı ve diğer elektron çekici fonksiyonel grupların varlığı aromatik halka üzerindeki elektron yoğunluğunu arttırdığından kovalent olmayan etkileşimleri daha kuvvetli olmaktadır. Fulven bileşikleriyle yapılan denemelerde su damlası temas açısı ölçümleri (Çizelge 4.17.) bileşiklerin SMC yüzeyinin hidrofobikliğini arttırdığını göstermiştir. En iyi yapışma p-Cl (YM-33), p-NO<sub>2</sub> (YM-37) ve gibi elektron çeken grupların varlığında sağlanmıştır.

**Çizelge 4.17.** Fulven bileşik serisi test sonuçları

Bileşik	Boya Yapışması (psi)	Su Damlası Temas Açısı (°)	Cross-cut
YM-31	208	96,00(±14,9)	4B
YM-32	188	93,71(±1,03)	4B
YM-33	259	86,60(±0,61)	5B
YM-34	275	90,17(±0,8)	4B
YM-35	171	90,76(±1,2)	3B
YM-36	183	87,45(±0,88)	4B
YM-37	214	98,44(±1,45)	5B
YM-38	160	83,44(±0,89)	5B
YM-39	226	81,36(±2,43)	4B
YM-40	321	57,45(±2,66)	0B

Fulven bileşiklerinin yapışma kuvveti ylidenmalononitril bileşikleri ile benzer şekilde açıklanabilmektedir (Şekil 4.19).

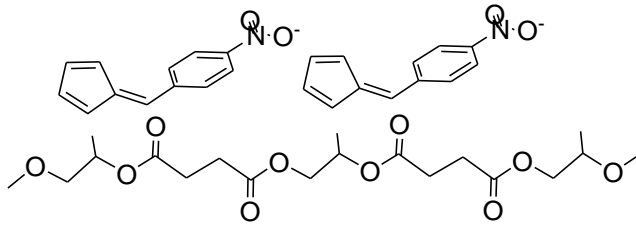

**Şekil 4.19.** Doymamış polyester ile Fulven arasındaki etkileşimin gösterimi

## 5. SONUÇ

Gerçekleştirilen denemelerde arilamin grubu bileşik serisinden başarılı sonuç elde edilememiştir. Buna rağmen elektron çekici grupların varlığında nispeten yapışmanın arttığı gözlenmiştir. Alınan SEM görüntüleri ve EDS spektrum sonuçları ile SMC yüzeyinde tutunma sağlandığı kanıtlanmıştır ancak çapraz kesim testi sonuçları boya ile uyum sağlamadığını göstermiştir.

Diarilaminlerin tamamında FTIR-ATR spektrumları incelendiğinde N-H piklerinin varlığı SMC yüzeyine tutunmanın sağlandığını kanıtlamıştır. Yapılan çapraz kesim testi sonuçları boya ile tutunmanın kuvvetli bir şekilde sağlandığını göstermiştir. Burada aromatik halka ile SMC içerisinde var olan elektronca zengin aromatik yapılar ile etkileşim sonucu tutunma sağlanmıştır. Boya ile NH üzerinden Michael katılması ile tutunma sağlandığı varsayılmıştır. Uygulama sonrası SMC yüzeyinin hidrofobik özellik kazandığı su damlası temas açısı ölçümlerinden ortaya konmuştur.

Ylidenmalononitril denemelerinde denenen örneklerin %50 si başarılı sonuç vermiştir. Bileşiklerdeki fonksiyonel grupların Hammett sabitleri ile tam bir korelasyon sağlanamamış olmasına rağmen aromatik halkaya elektron çekici grupların bağlı olması çapraz kesim testi sonuçlarından tutunmayı artırıcı etki göstermiştir. Ylidenmalononitril bileşiklerinin SMC yüzeyinin hidrofilitelerini arttırdığı su damlası temas açısı ölçümlerinden belirlenmiştir. Yapılan T1 ölçümleri ile SMC ile etkileşimin moleküler etkileşim olduğu ispatlanmıştır. Ayrıca alınan FTIR-ATR spektrumları boya ile tutunmanın nitril grupları üzerinden olduğunu göstermiştir.

Fulven bileşikleri ile yapılan denemelerde çapraz kesim testine göre tüm sonuçlar olumlu sonuç vermiştir. Bu durum fulven yapısındaki siklopentadien kısmının elektron çekici özelliği ile açıklanmıştır. Fulven bileşikleri su damlası temas açısı ölçümleri sonucunda SMC yüzeyine hidrofobik özellik kazandırdığı görülmüştür.

Yapılan denemeler sonucunda optimum şartlarda YM-20 ile modifiye edilmiş SMC parça ve standart prosesle hazırlanmış SMC parça aynı anda boyanarak DYO firmasına teste gönderildi.

Test sonuçlarında (Çizelge 5.1) UV lamba altında deformasyon sonrası yüzey parlaklığının daha iyi olduğu görüldü. Su daldırma testi sonrası yüzeyde kabarcıklanma olduğu ancak testin doğruluğu için tekrarlanması gerektiği bildirildi. Laboratuvarımızda yaptığımız su daldırma testlerinde herhangi bir sorun tespit edilmedi. Yüzeyi modifiye edilen SMC parçanın geleneksel yöntem ile boyanmış parçaya göre yüzeyin parlaklığının daha iyi olduğu ve taş çarpma direncinin daha yüksek olduğu bildirildi.

**Çizelge 5.1.** DYO boya yapışma test sonuçları

Özellik	Standart	A Normal Proses	B Yüzey Modifikasyonlu
UV-CON (480 saat)	ASTM D4587 Method-D	Parlaklık Kalıcılığı, 60°: %98 Parlaklık Kalıcılığı, 20°: %90 $\Delta E=0,5$ Yapışma: AD-0	Parlaklık Kalıcılığı, 60°: %99 Parlaklık Kalıcılığı, 20°: %94 $\Delta E=0,4$ Yapışma: AD-0
Nem Direnci (600 saat)	ASTM D1735 ASTM D523 ASTM D1729 ASTM D714	Parlaklık Kalıcılığı, 60°: %96 Parlaklık Kalıcılığı, 20°: %95 Gözle görülür değişim yok $\Delta E= 0,23$ Kabarcık Boyutu: Yok Kabarcık Yoğunluğu: - Yapışma: AD-0 Sertlik Değişimi: %6	Parlaklık Kalıcılığı, 60°: %97 Parlaklık Kalıcılığı, 20°: %96 Gözle görülür değişim yok $\Delta E= 0,20$ Kabarcık Boyutu: Yok Kabarcık Yoğunluğu: - Yapışma: AD-0 Sertlik Değişimi: %4
Su Daldırma (25°C/24 saat)	ASTM D870 ASTM D523 ASTM D1729 ASTM D714 MTM0120 ASTM D4366	Parlaklık Kalıcılığı, 60°: %99 Parlaklık Kalıcılığı, 20°: %98 Gözle görülür değişim yok $\Delta E= 0,1$ Kabarcık Boyutu: Yok Kabarcık Yoğunluğu: - Yapışma: AD-0 Sertlik Değişimi: %5	Parlaklık Kalıcılığı, 60°: %99 Parlaklık Kalıcılığı, 20°: %98 Gözle görülür değişim yok $\Delta E= 0,1$ <b>Kabarcık Boyutu: No:8</b> <b>Kabarcık Yoğunluğu: Medium</b> <b>Yapışma: AD-2</b> Sertlik Değişimi: %3
Doğal Yapışma	MTM0120	AD-0	AD-0
Taş Çarpma	ASTM D3170	5B	6A
Parlaklık	ASTM D-523	60°→91,5 gloss	60°→91,6 gloss

Bu çalışma sonucunda;

İlk kez düşük moleküllü diarilamin, ylidenmalononitril ve fulven bileşiklerinin SMC yüzeyine ve akrilik bazlı boyalara tutunmaları sağlanmıştır. Endüstride yaygın olarak kullanılan SMC'lerin boyanma problemlerine kalıcı bir çözüm sunulmuş ve boyama kalitesi arttırılmıştır.

## KAYNAKLAR

- Bakmutov, V. I. 2015.** NMR spectroscopy in liquids and solids. CRC Press, New York, 325. <https://doi.org/10.1201/b18341>
- Berrios, R. L., Arbiser, J. L. 2011.** Novel antiangiogenic agents in dermatology. *Archives of Biochemistry and Biophysics*, 508: 222–226. <https://doi.org/10.1016/j.abb.2010.12.016>
- Bhandarkar, S. S., Jaconi, M., Fried, L. E., Bonner, M. Y., Lefkove, B., Govindarajan, B., Perry, B. N., Parhar, R., Mackelfresh, J., Sohn, A., Stouffs, M., Knaus, U., Yancopoulos, G., Reiss, Y., Benest, A. V., Augustin, H. G., Arbiser, J. L. 2009.** Fulvene-5 potently inhibits NADPH oxidase 4 and blocks the growth of endothelial tumors in mice. *Journal of Clinical Investigation*, 119(8): 2359–2365. <https://doi.org/10.1172/JCI33877>
- Coşkun, N., Erden, I. 2011.** An efficient catalytic method for fulvene synthesis. *Tetrahedron*, 67(45): 8607–8614. <https://doi.org/10.1016/j.tet.2011.09.036>
- Fioravanti, S., Pellacani, L., Tardella, P. A., Vergari, M. C. 2008.** Facile and highly stereoselective one-pot synthesis of either (E)- or (Z)-nitro alkenes. *Organic Letters*, 10(7): 1449–1451. <https://doi.org/10.1021/ol800224k>
- Frizzo, C. P., Bender, C. R., Gindri, I. D. M., Villetti, M. A., Machado, G., Bianchi, O., Martins, M. A. P. 2016.** Elucidating Anion Effect on Nanostructural Organization of Dicationic Imidazolium-Based Ionic Liquids. *The Journal of Physical Chemistry*, 120: 14402–14409. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b04262>
- Gedan-Smolka, M., Müller, A., Gohs, U., Calvimontes, A. 2011.** Electron pretreatment of sheet molding compounds (SMC). *Progress in Organic Coatings*, 72: 159–167. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2011.02.002>
- Hann A., Lapworth A. 1904.** OPTICALLY ACTIVE ESTERS OF. *Journal of the Chemical Society*, 85: 46-56.
- Harishkumar, H. N., Mahadevan, K. M., Kiran Kumar, H. C., Satyanarayan, N. D. 2011.** A facile, choline chloride/urea catalyzed solid phase synthesis of coumarins via Knoevenagel condensation. *Organic Communications*, 4(2): 26–32.
- Jeromerajan, P., Narasimalu, S. 2010.** Surface activation method. *International Application Published Under The Patent Cooperation Treaty*, WO2010/149729 A1.
- Thiele J. 1900.** About Ketone reaction at the Cyclopentadien. *J. Chem. Ber.*, 36: 666–673. <https://doi.org/10.1002/cber.190003301113>
- Jones, G. 2011.** The Knoevenagel Condensation. University of Keele, England, 273.
- Kalbasi, R. J., Kolahdoozan, M., Vanani, S. M. 2011.** Preparation, characterization and catalyst application of ternary interpenetrating networks of poly 4-methyl vinyl pyridinium hydroxide-SiO<sub>2</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. *Journal of Solid State Chemistry*, 184(8): 2009–2016. <https://doi.org/10.1016/j.jssc.2011.05.035>
- Knoevenagel, E. 1894.** Ueber Derivate des 1, 3-Diketocyclohexans (Dihydroresorcins). *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 27(2): 2337–2345. <https://doi.org/10.1002/cber.189402702228>
- Koz, G., Coşkun, N.** Pyrrolidine Catalyzed Knoevenagel Condensation. unpublished.
- Meerwein, H., Florian, W., Schön, N., Stopp, G. 1961.** Über Säureamidacetale, Harnstoffacetale und Lactamacetale. *Justus Liebigs Annalen der Chemie*, 641(1): 1–39. <https://doi.org/10.1002/jlac.19616410102>

**Ogiwara, Y., Takahashi, K., Kitazawa, T., Sakai, N. 2015.** Indium(III)-catalyzed Knoevenagel condensation of aldehydes and activated methylenes using acetic anhydride as a promoter. *Journal of Organic Chemistry*, 80(6): 3101–3110. <https://doi.org/10.1021/acs.joc.5b00011>

**Park, J. K., Mukherjee, K. 1998.** Excimer laser surface treatment of sheet molding compound for adhesive bonding. *Materials and Manufacturing Processes*, 13(3): 359–368. <https://doi.org/10.1080/10426919808935254>

**Prasanna, A. 2013.** Monographs in Supramolecular Chemistry.

**Preethalayam, P., Krishnan, K. S., Thulasi, S., Chand, S. S., Joseph, J., Nair, V., Jaroschik, F., Radhakrishnan, K. V. 2017.** Recent Advances in the Chemistry of Pentafulvenes. *Chemical Reviews*, 117(5): 3930–3989. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00210>

**Stone, K. J., Little, R. D. 1984.** An Exceptionally Simple and Efficient Method for the Preparation of a Wide Variety of Fulvenes. *Journal of Organic Chemistry*, 49(11): 1849–1853. <https://doi.org/10.1021/jo00185a001>

**Su, C., Chen, Z.-C., Zheng, Q.-G. 2003.** Organic Reactions in Ionic Liquids: Knoevenagel Condensation Catalyzed by Ethylenediammonium Diacetate. *Synthesis*, (04): 0555–0559. <https://doi.org/10.1055/s-2003-37643>

**Tahun, Y. P. 1949.** some Substituted Benzalmalononitriles. , 120–130.

**Tanasova, M., Sturla, S. J. 2012,** June 13. Chemistry and biology of acylfulvenes: Sesquiterpene-derived antitumor agents. *Chemical Reviews*, 112: 3578–3610. <https://doi.org/10.1021/cr2001367>

**Trauth, A., Weidenmann, K. A. 2018.** Continuous-discontinuous sheet moulding compounds – Effect of hybridisation on mechanical material properties. *Composite Structures*, 202:, 1087–1098. <https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2018.05.048>

**Trey, S. M., Lundström, M., Ståhlberg, D., Johansson, M. 2009.** Effects of dual cure and surface treatments on coating adhesion to different SMC substrates. *Plastics, Rubber and Composites*, 64: 131–137. <https://doi.org/10.1179/174328909x387964>

**Trey, Stacy M., Sidenvall, P., Alavi, K., Ståhlberg, D., Johansson, M. 2009.** Dual cure (UV/thermal) primers for composite substrates-Effect of surface treatment and primer composition on adhesion. *Progress in Organic Coatings*, 64(4): 489–496. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2008.08.017>

**Via, L. D., Magno, S. M., Rodighiero, P., Gia, O. 2002.** Synthesis, photobiological activity and photoreactivity of methyl-thieno-8-azacoumarins, novel bioisosters of psoralen. *Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters*, 12(9): 1253–1257. [https://doi.org/10.1016/S0960-894X\(02\)00152-X](https://doi.org/10.1016/S0960-894X(02)00152-X)

**Wingfield, J. R. J. 1993.** Treatment of composite surfaces for adhesive bonding. *International Journal of Adhesion and Adhesives*, 13(3): 151–156. [https://doi.org/10.1016/0143-7496\(93\)90036-9](https://doi.org/10.1016/0143-7496(93)90036-9)

**Yadav, J. S., Subba Reddy, B. V., Basak, A. K., Visali, B., Narsaiah, A. V., Nagaiah, K. 2004.** Phosphane-Catalyzed Knoevenagel Condensation: A Facile Synthesis of  $\alpha$ -Cyanoacrylates and  $\alpha$ -Cyanoacrylonitriles. *European Journal of Organic Chemistry*, (3): 546–551. <https://doi.org/10.1002/ejoc.200300513>

**Zeng, X., Gao, J. J., Song, J. J., Ma, S., Desrosier, J.-N., Mulder, J. A., Rodriguez, S., Herbage, M. A., Haddad, N., Qu, B., Fandrick, K. R., Grinberg, N., Lee, H., Wei, X., Yee, N. K., Senanayake, C. H. 2014.** Asymmetric Conjugate Addition of Dimethylzinc to (Z)-Nitroalkenes. *Synfacts*, 11(01): 0048–0048. <https://doi.org/10.1055/s-0034-1379750>




**Zhao, L., Zhang, H., Wang, W. 2017.**  $\Pi$ - $\Pi$  Stacking Interaction in Mixed Surfactant Solutions Assembled By Cationic Surfactant and Organic Salt With a Naphthalene Nucleus. *Journal of Molecular Liquids*, 240: 14–20. <https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.05.048>

**Zisman, W. A. 1964.** Relation of the Equilibrium Contact Angle to Liquid and Solid Constitution. *Advances in Chemistry*, 1–51. <https://doi.org/10.1021/ba-1964-0043.ch001>


## **EKLER**

- EK 1** SMC ÜZERİNDEN FTIR SPEKTRUMLARI  
**EK 2** BOYA ÜZERİNDEN FTIR SPEKTRUMLARI  
**EK 3** BİLEŞİKLERİN KARAKTERİSTİK SPEKTRUMLARI


## EK 1 SMC ÜZERİNDEN FTIR SPEKTRUMLARI

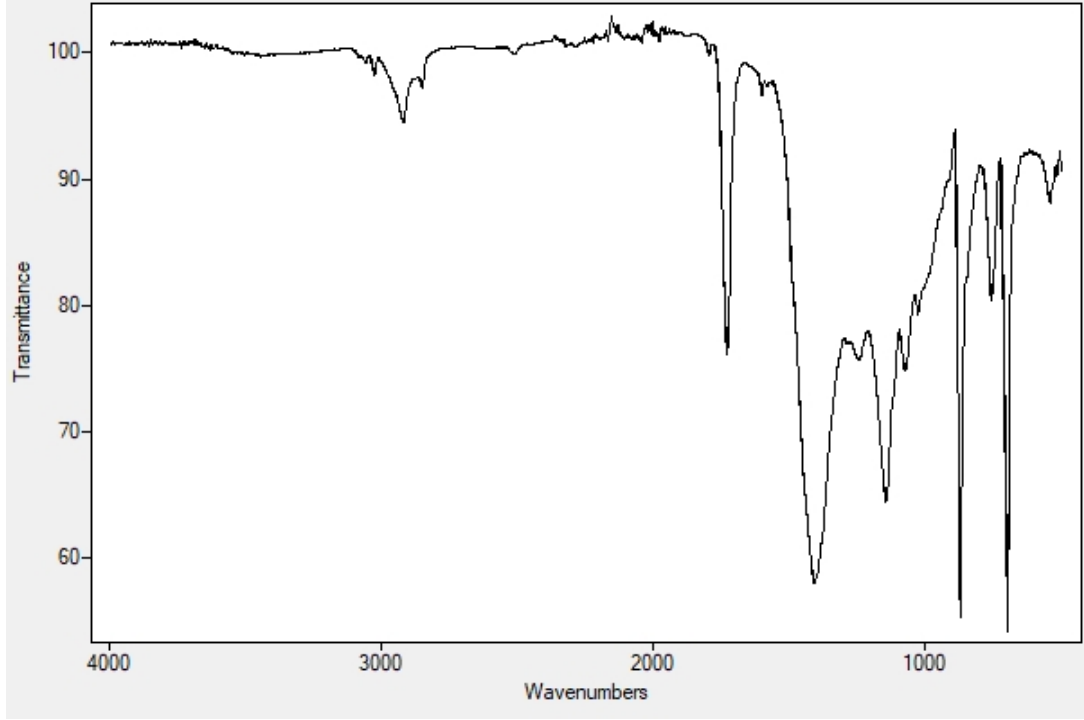


Ek 1.1. Ham SMC'nin FTIR Spektrumu

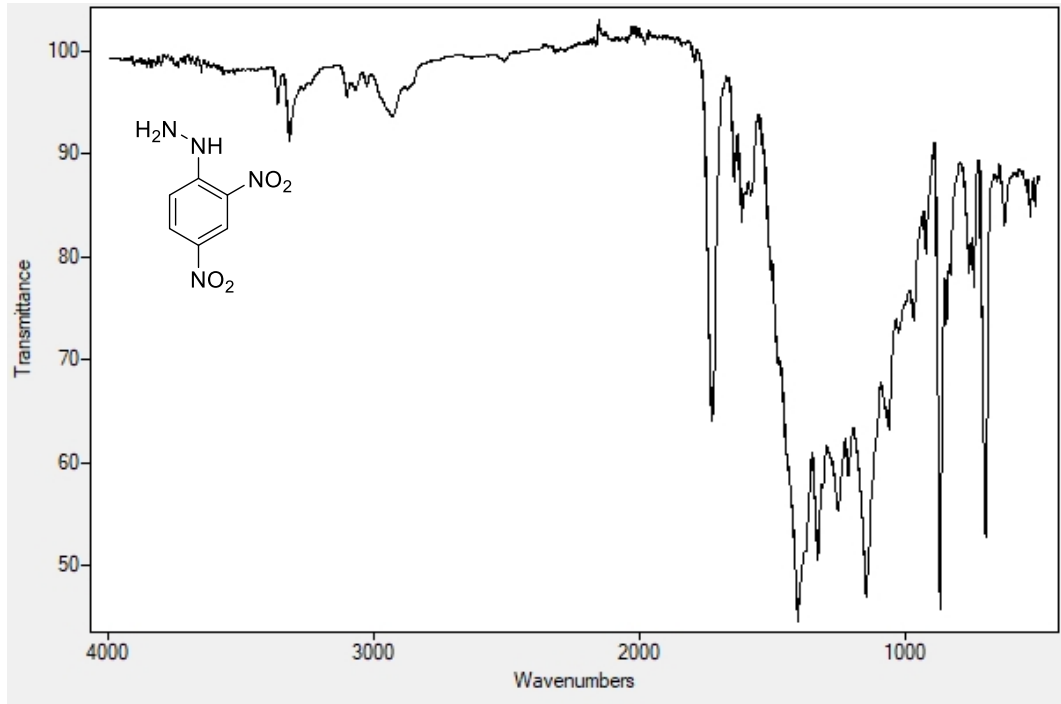


Ek 1.2. YM-1 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

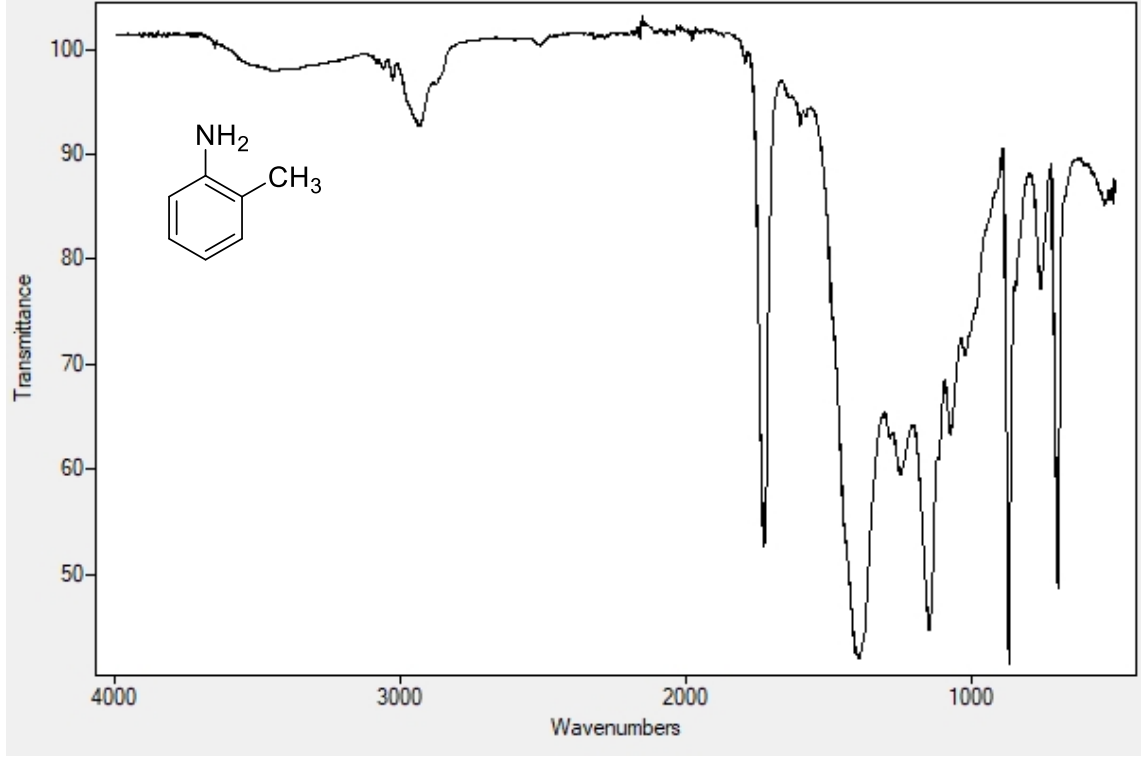


Ek 1.3. YM-2 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

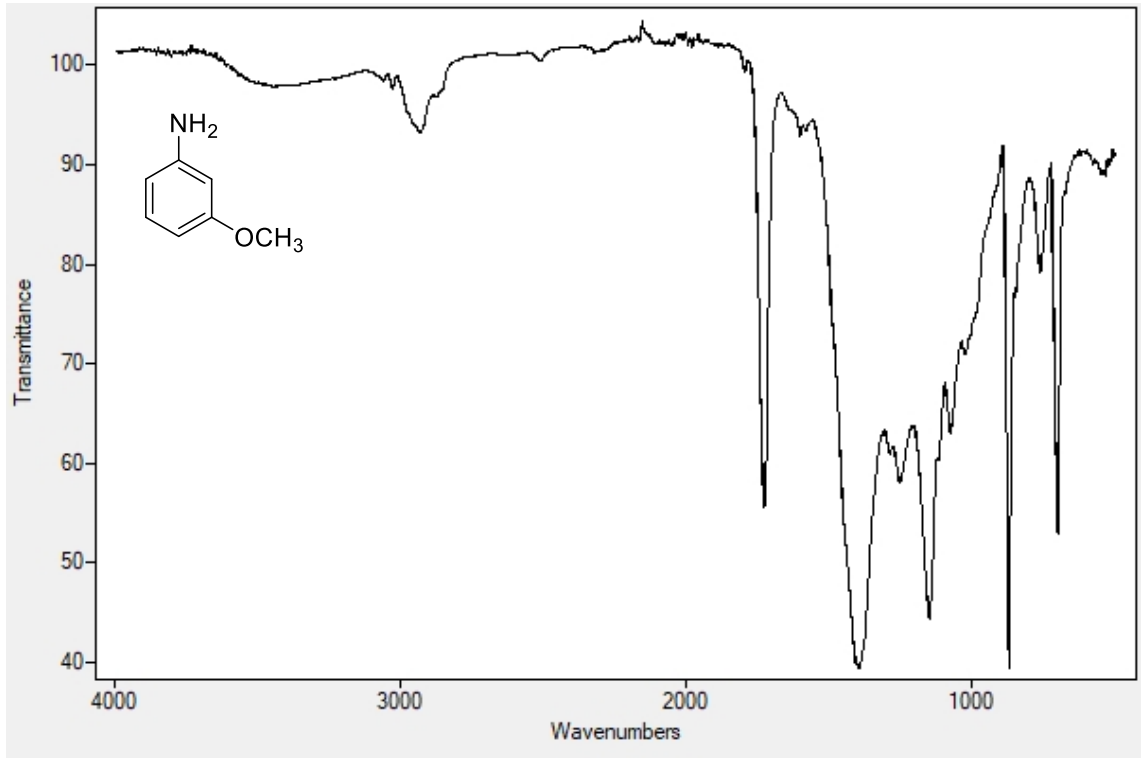


Ek 1.4. YM-3 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

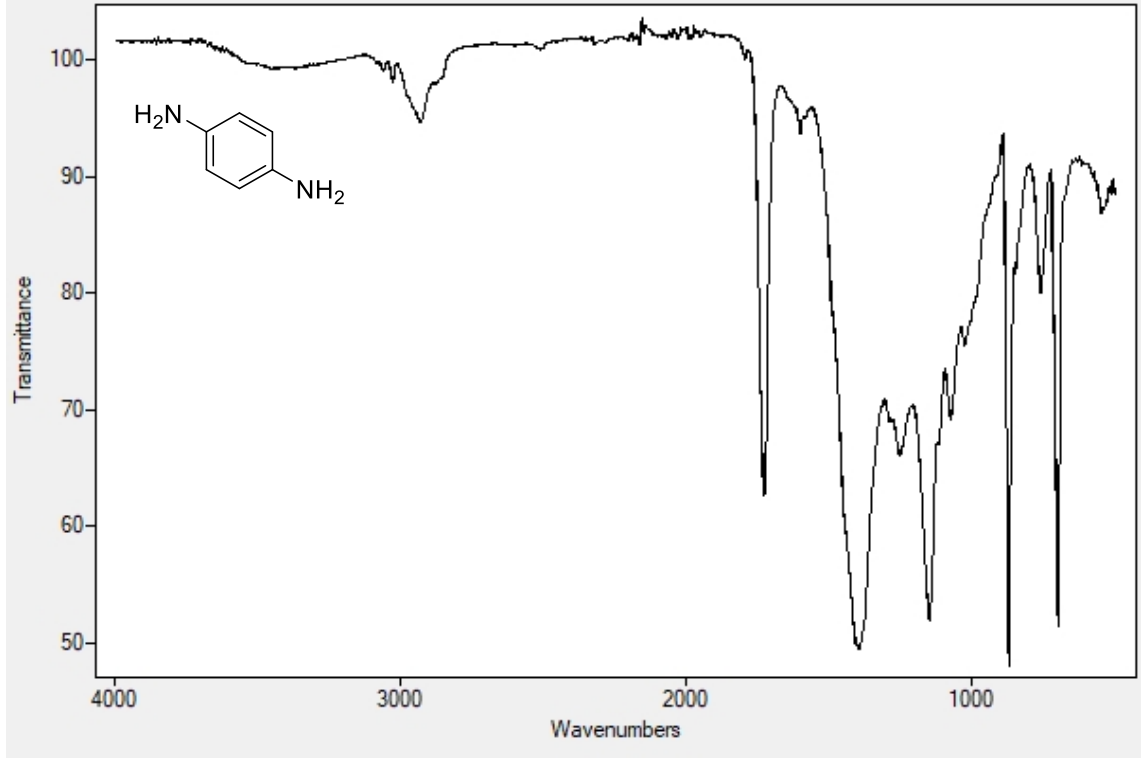


Ek 1.5. YM-4 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

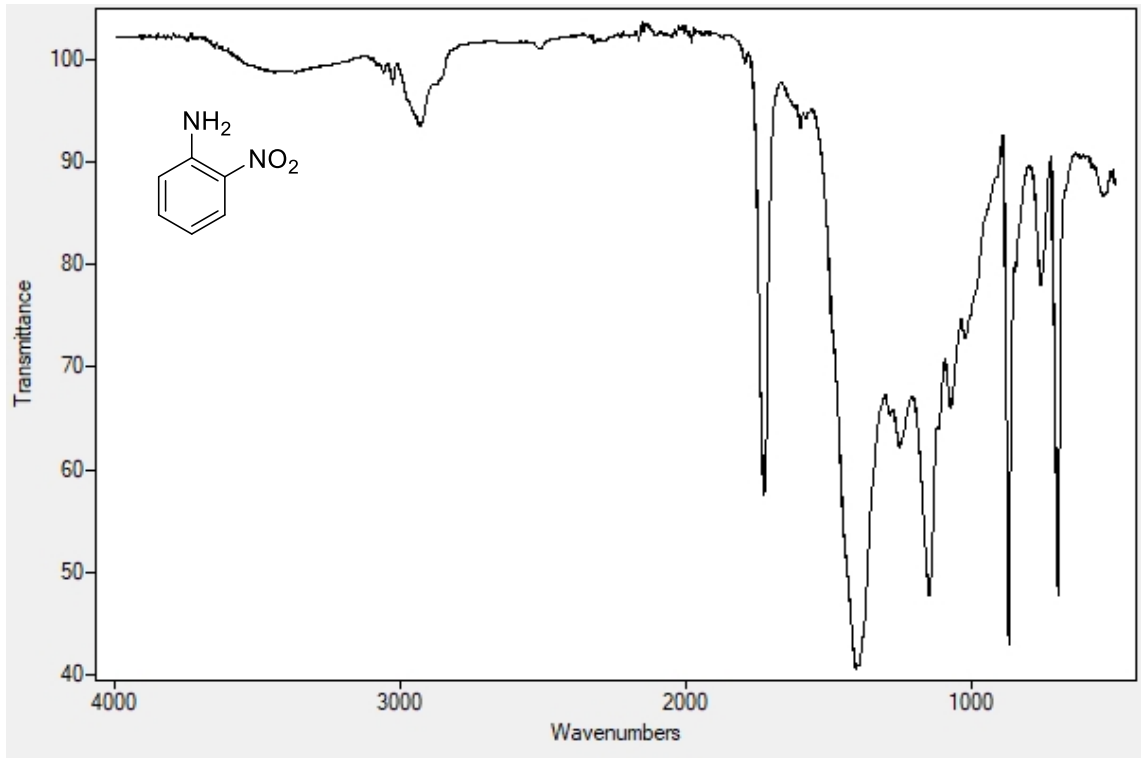


Ek 1.6. YM-5 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

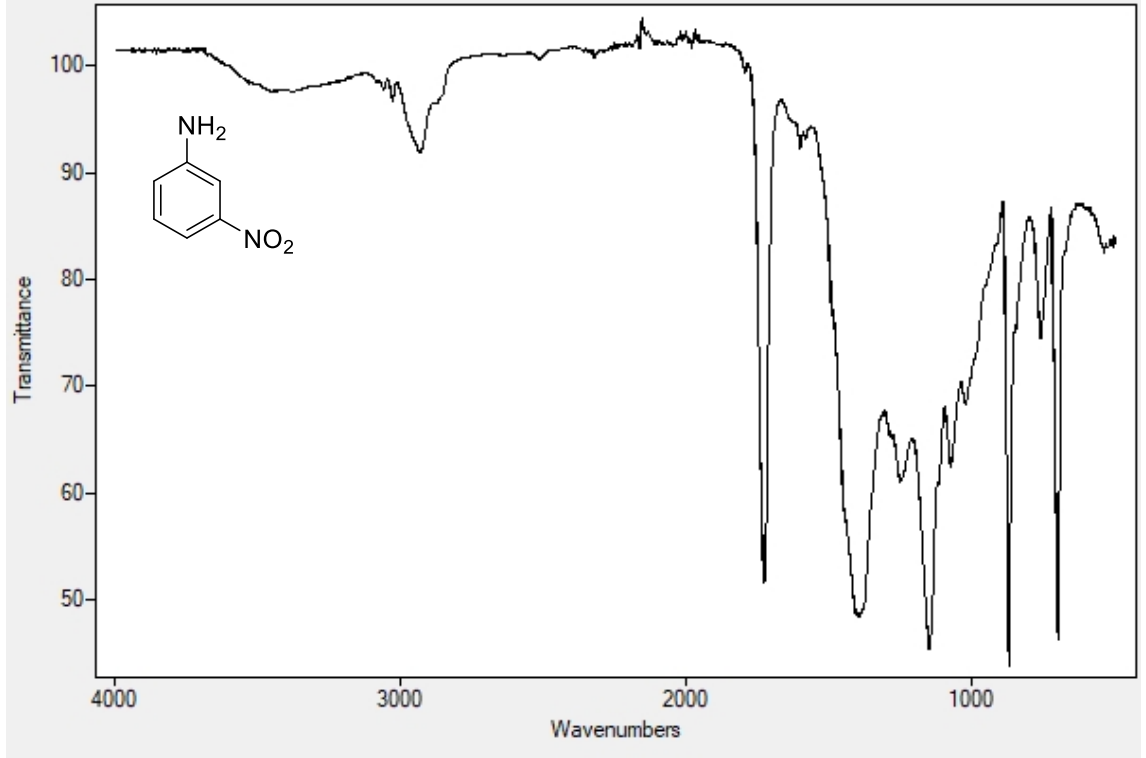


Ek 1.7. YM-6 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

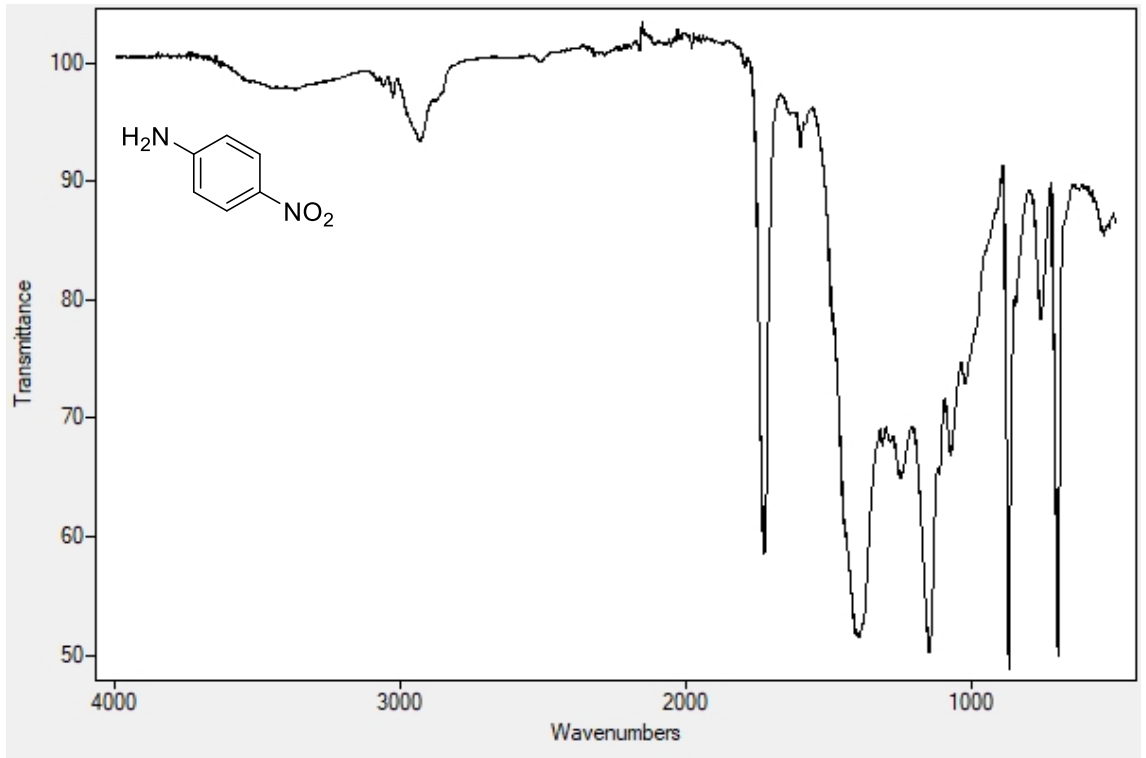


Ek 1.8. YM-7 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

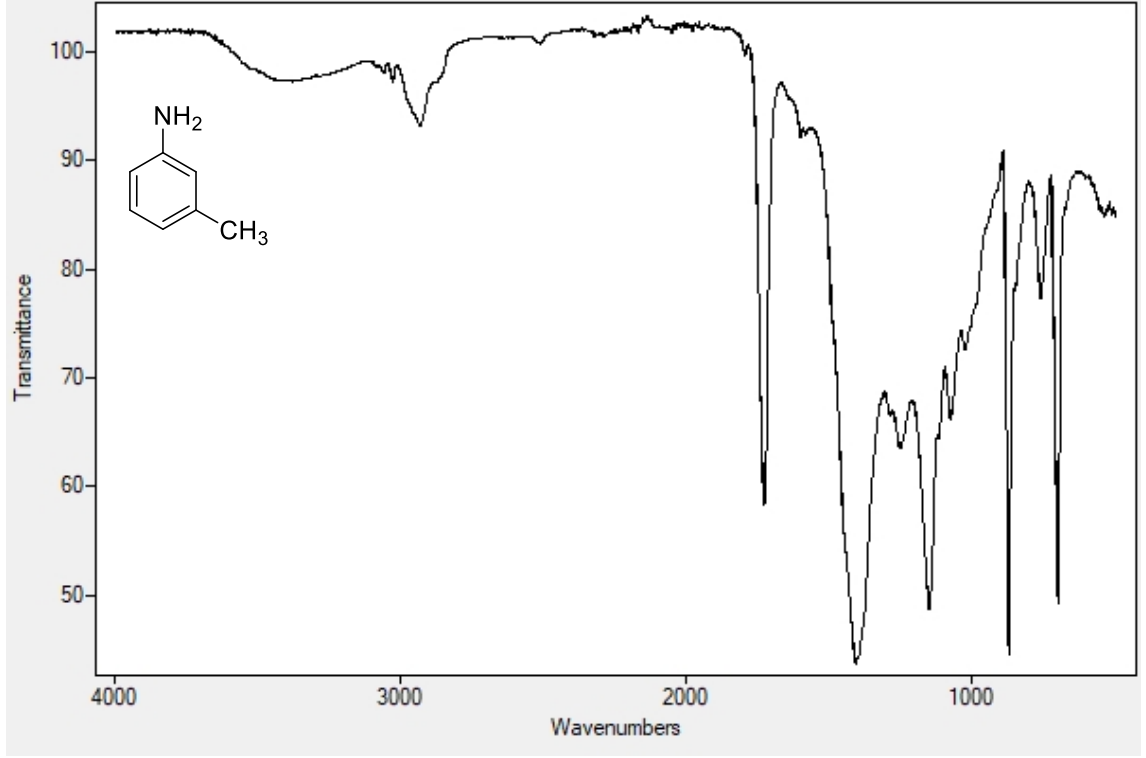


Ek 1.9. YM-8 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

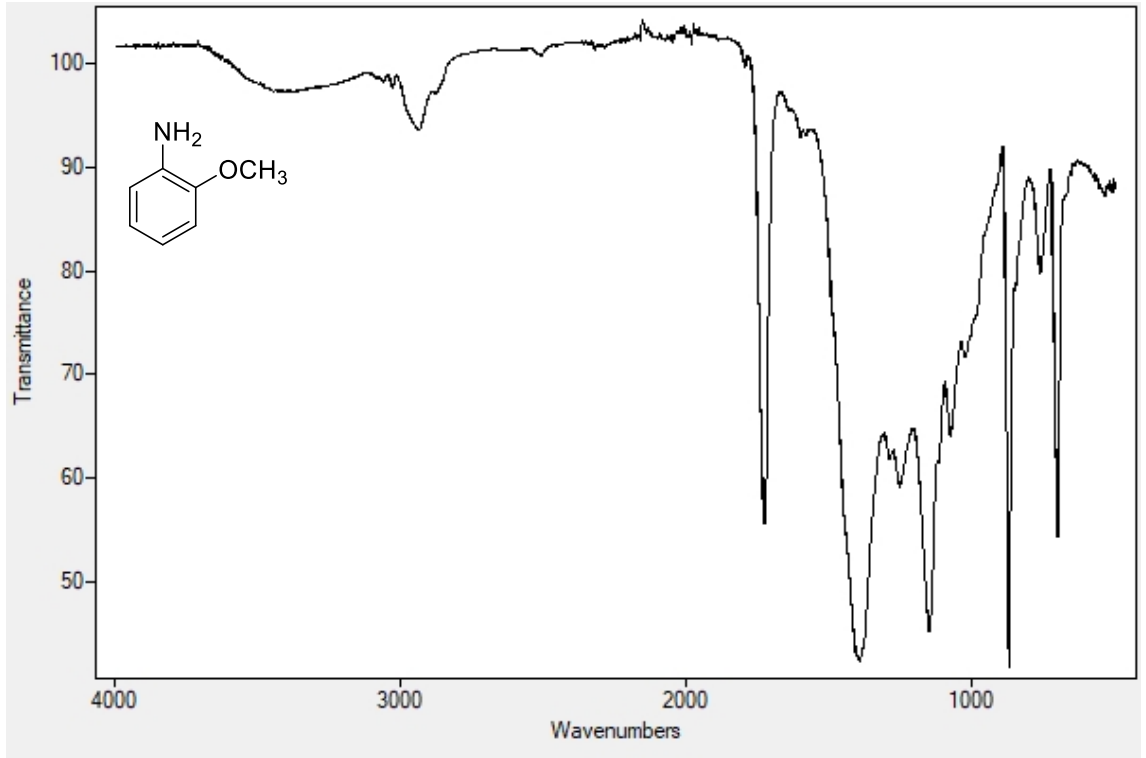

Ek 1.10. YM-9 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

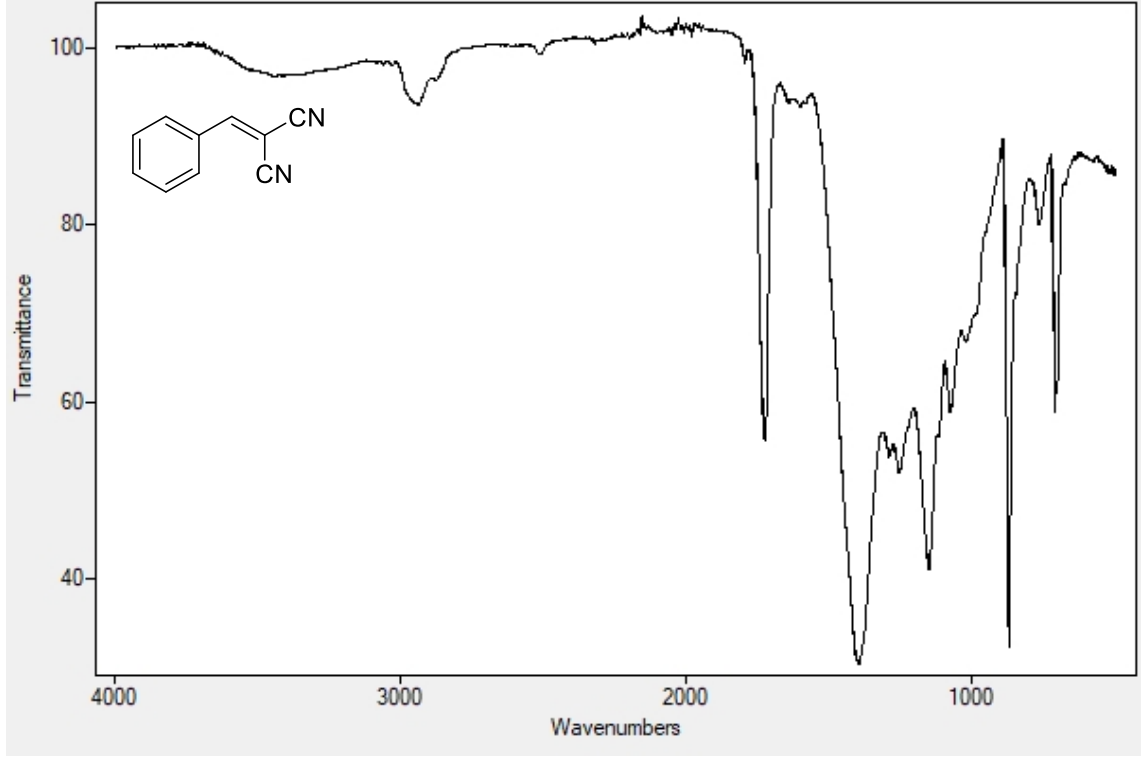


Ek 1.11. YM-11 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

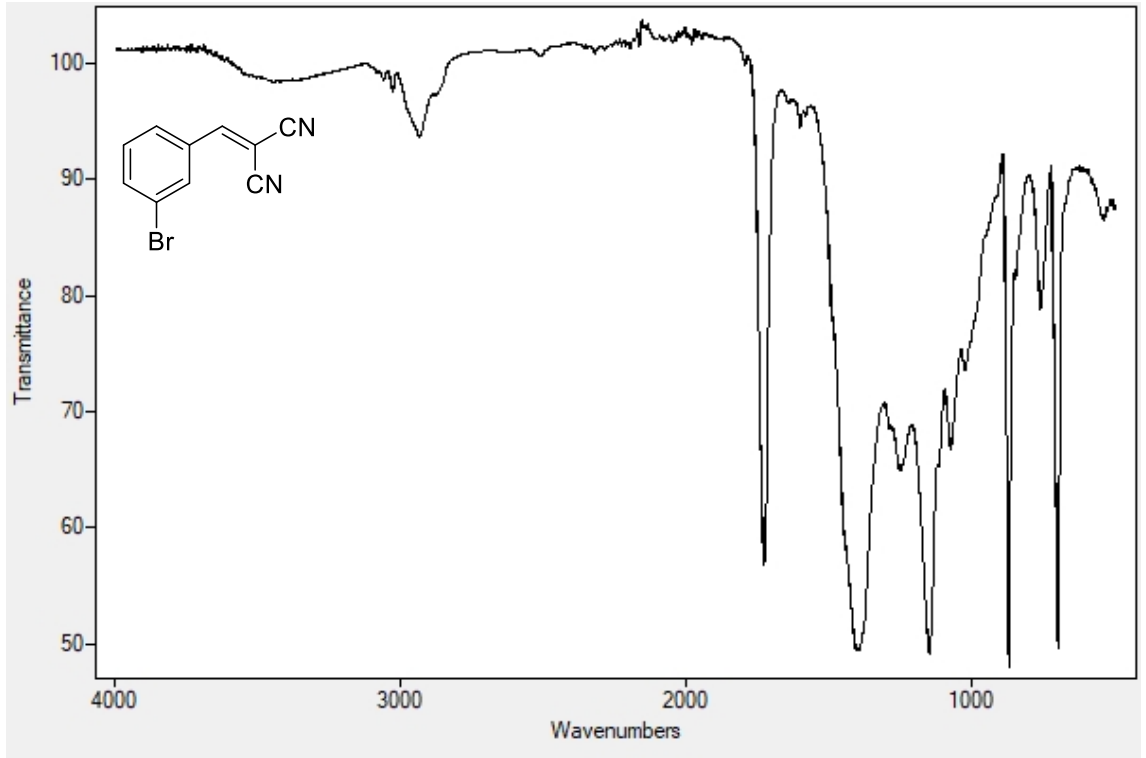


Ek 1.12. YM-12 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu




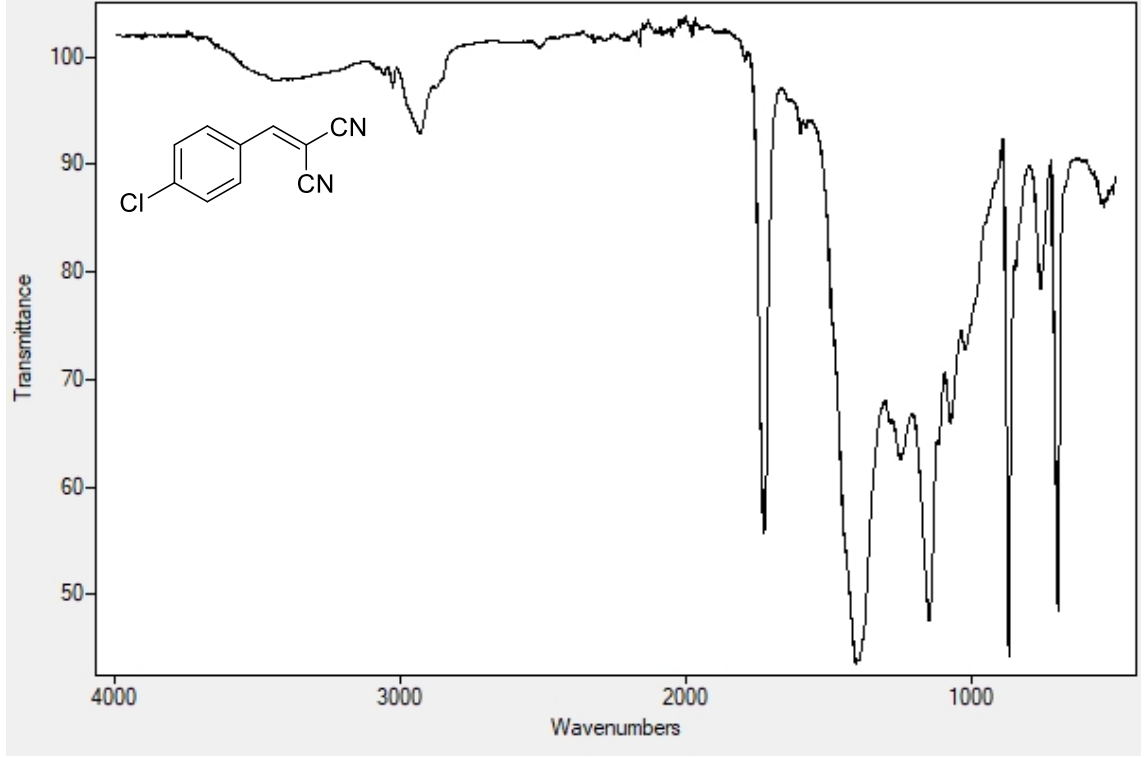


Ek 1.13. YM-13 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

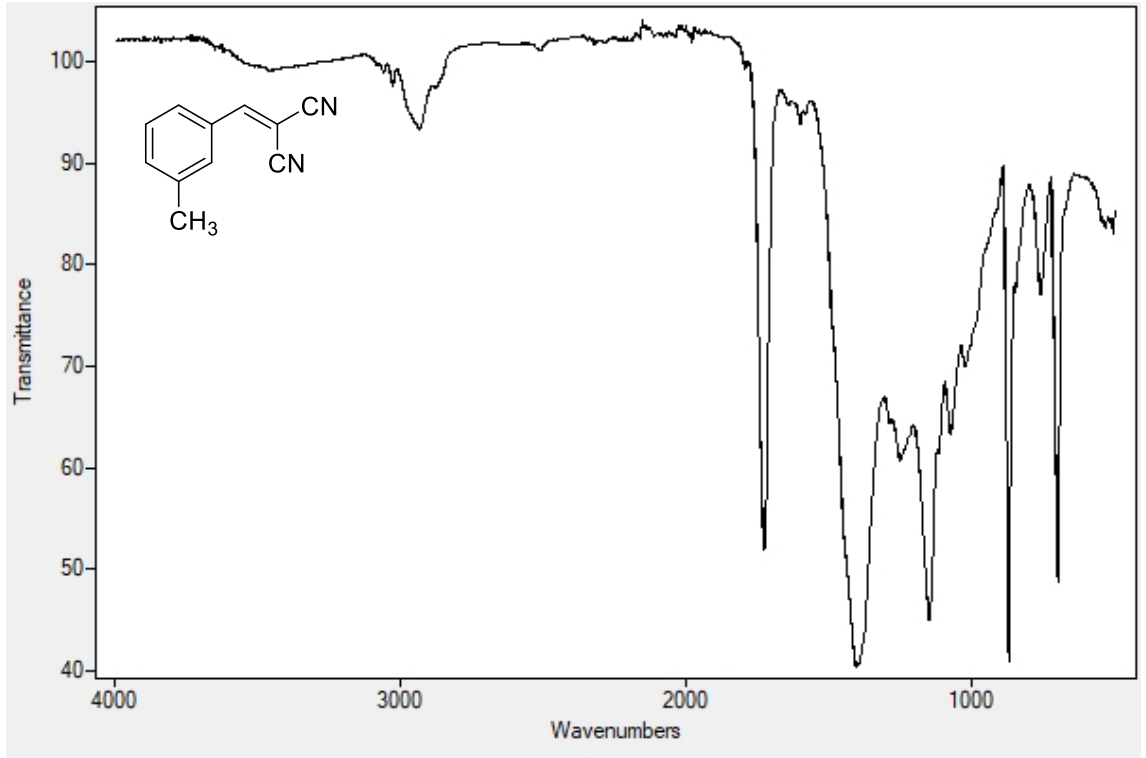


Ek 1.14. YM-14 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

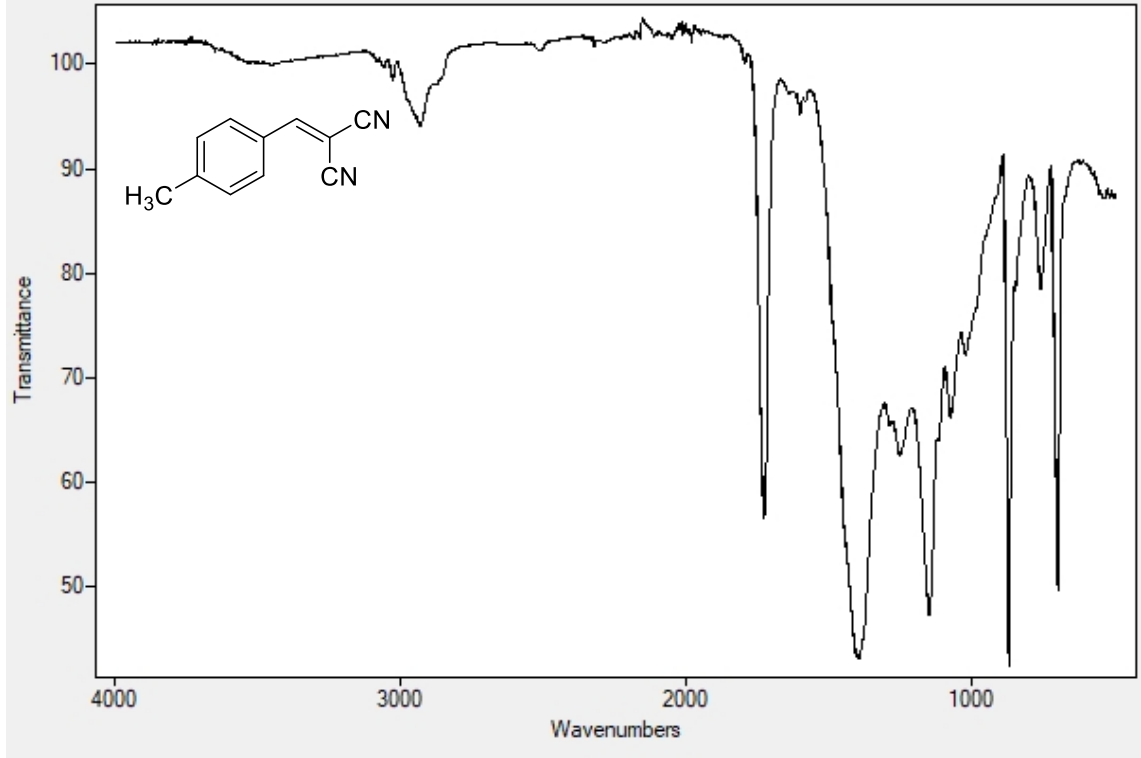


Ek 1.15. YM-15 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

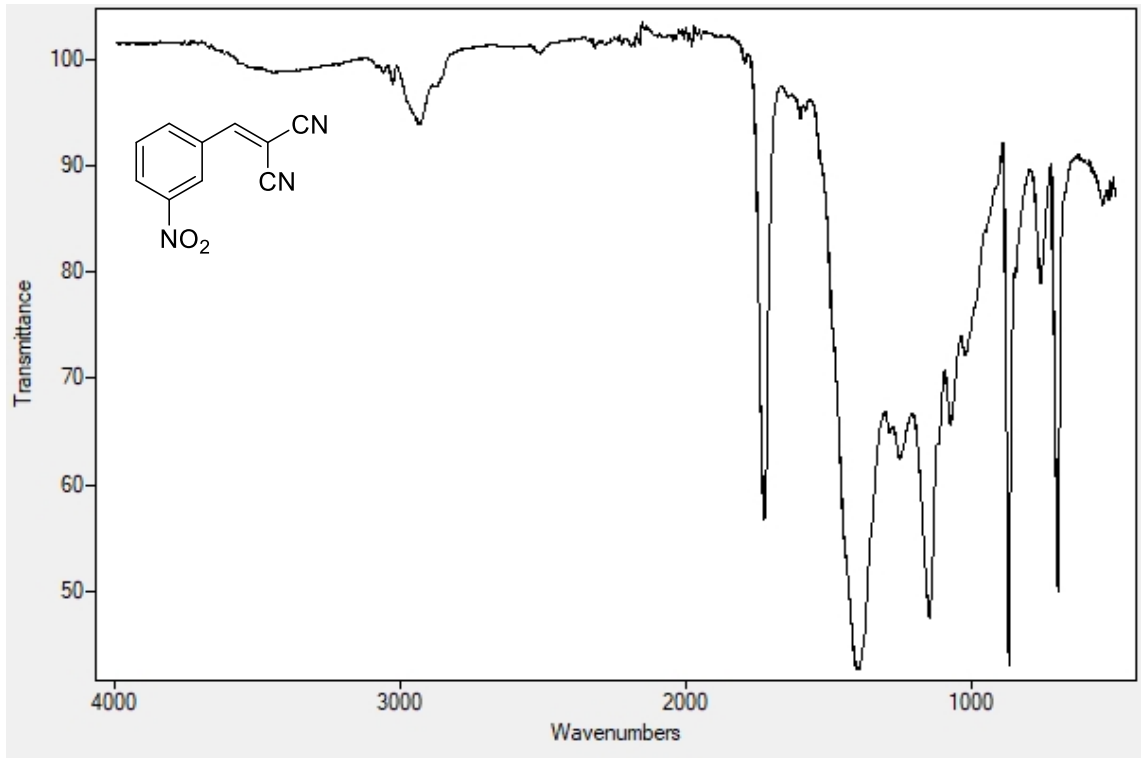


Ek 1.16. YM-16 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

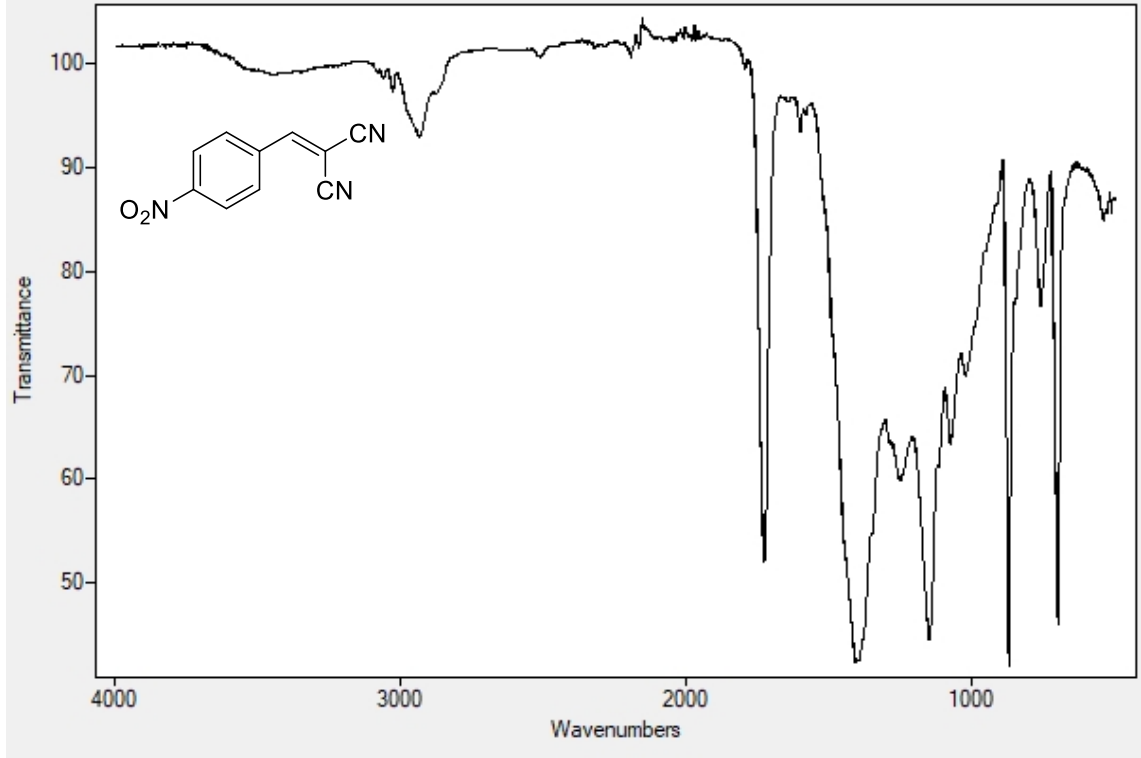


Ek 1.17. YM-17 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

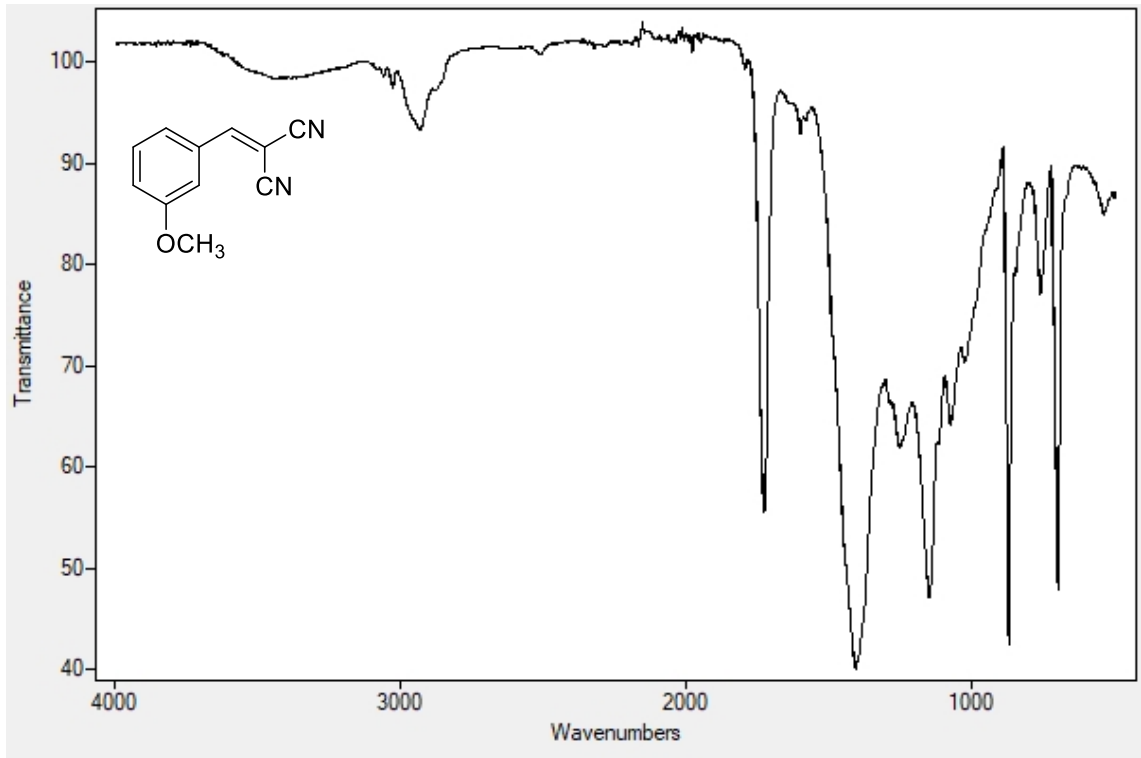


Ek 1.18. YM-18 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

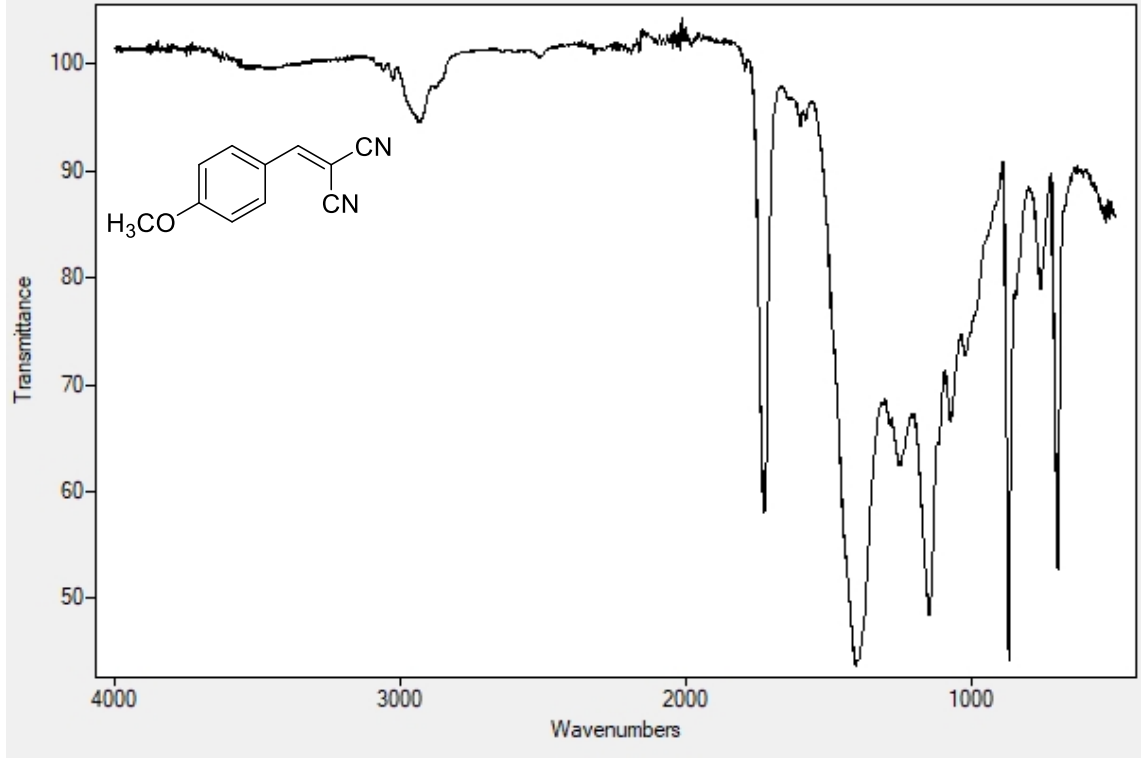


Ek 1.19. YM-19 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

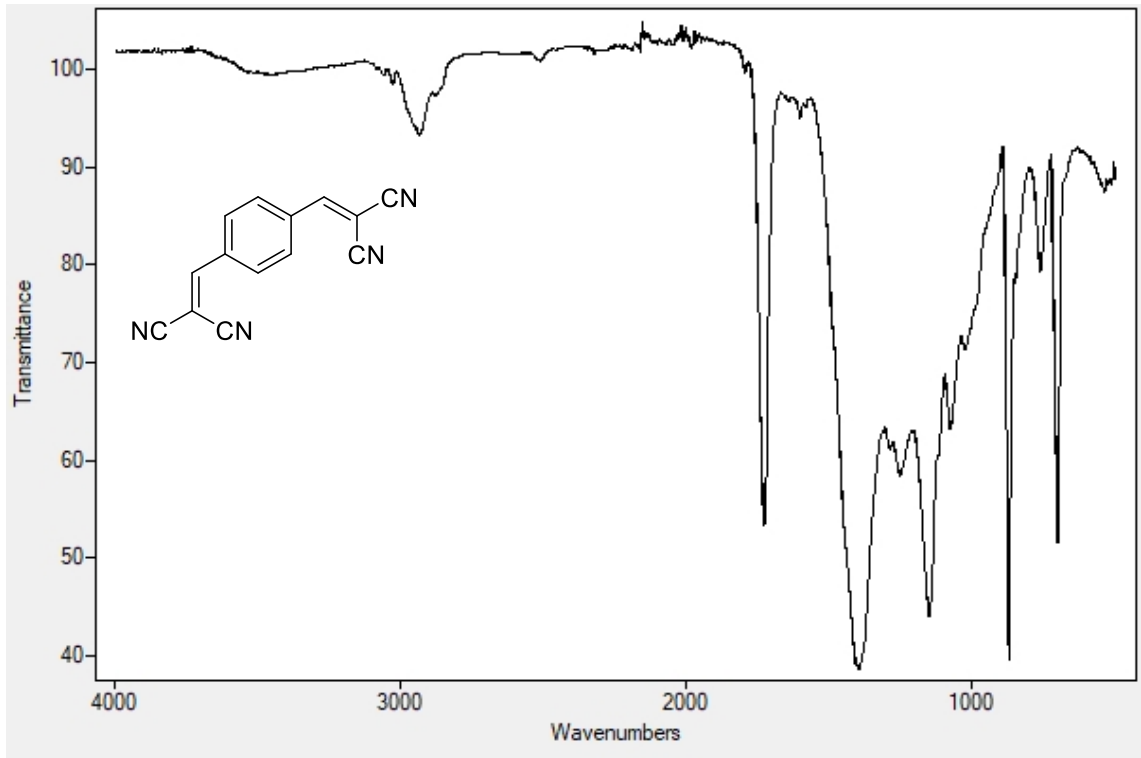


Ek 1.20. YM-20 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

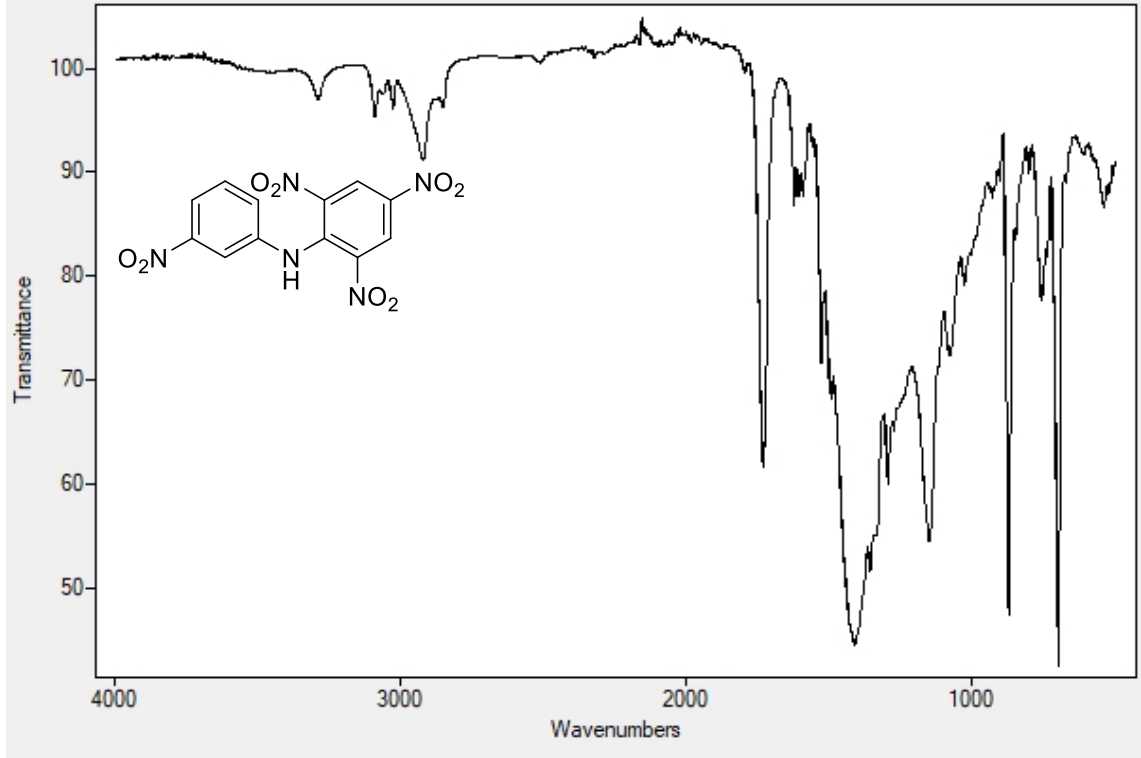


Ek 1.21. YM-21 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

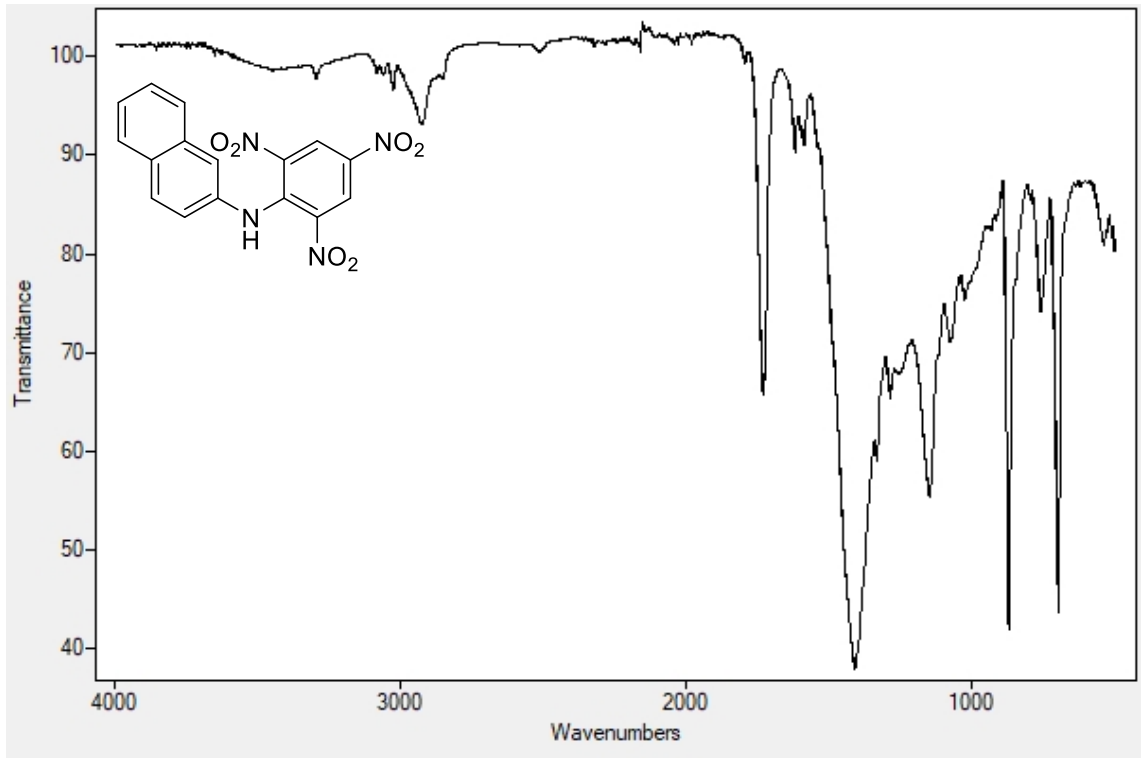


Ek 1.22. YM-22 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

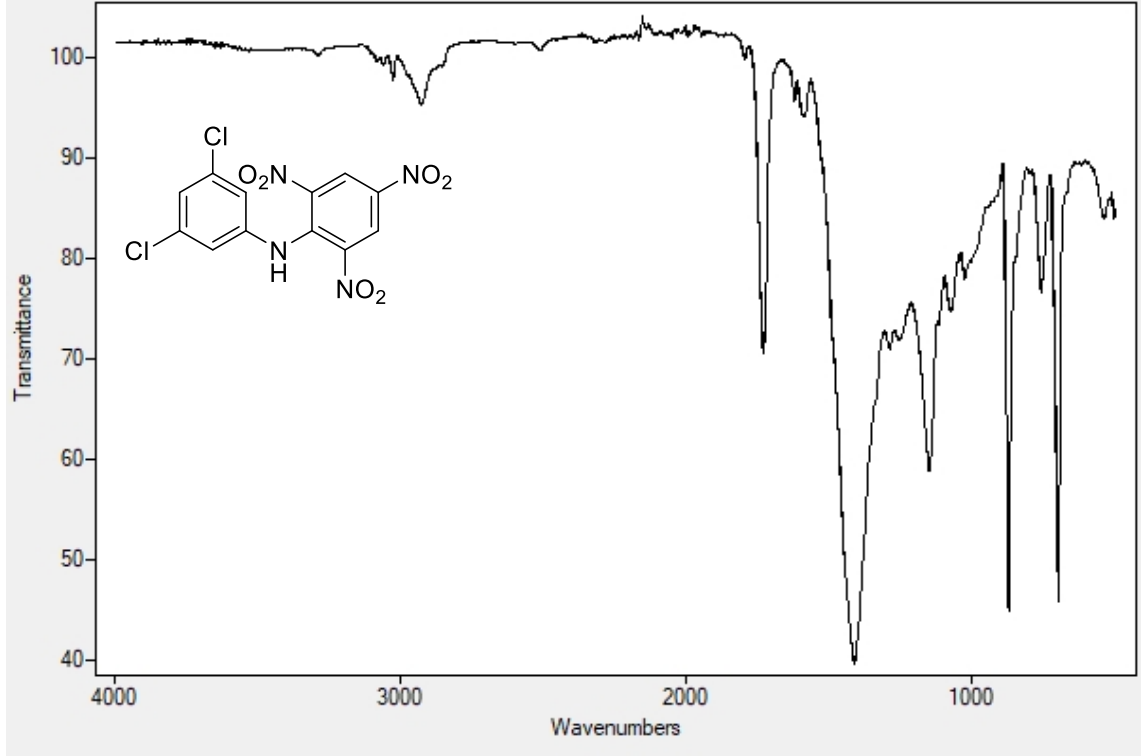


Ek 1.23. YM-23 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

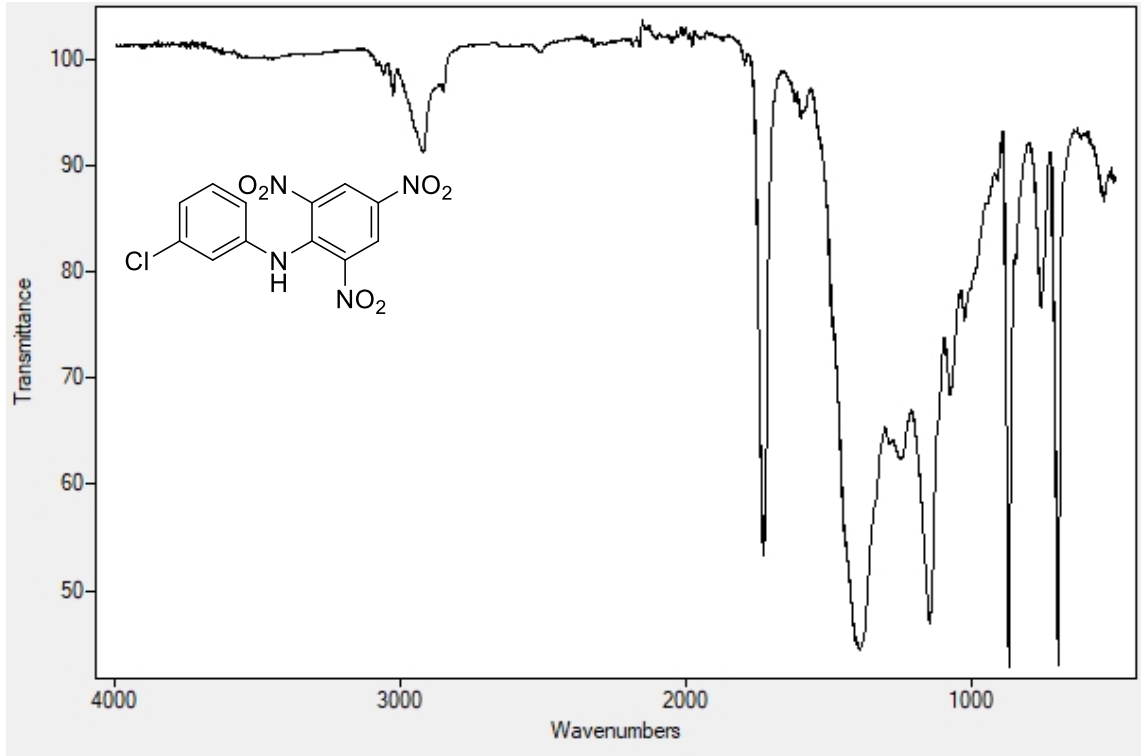


Ek 1.24. YM-24 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

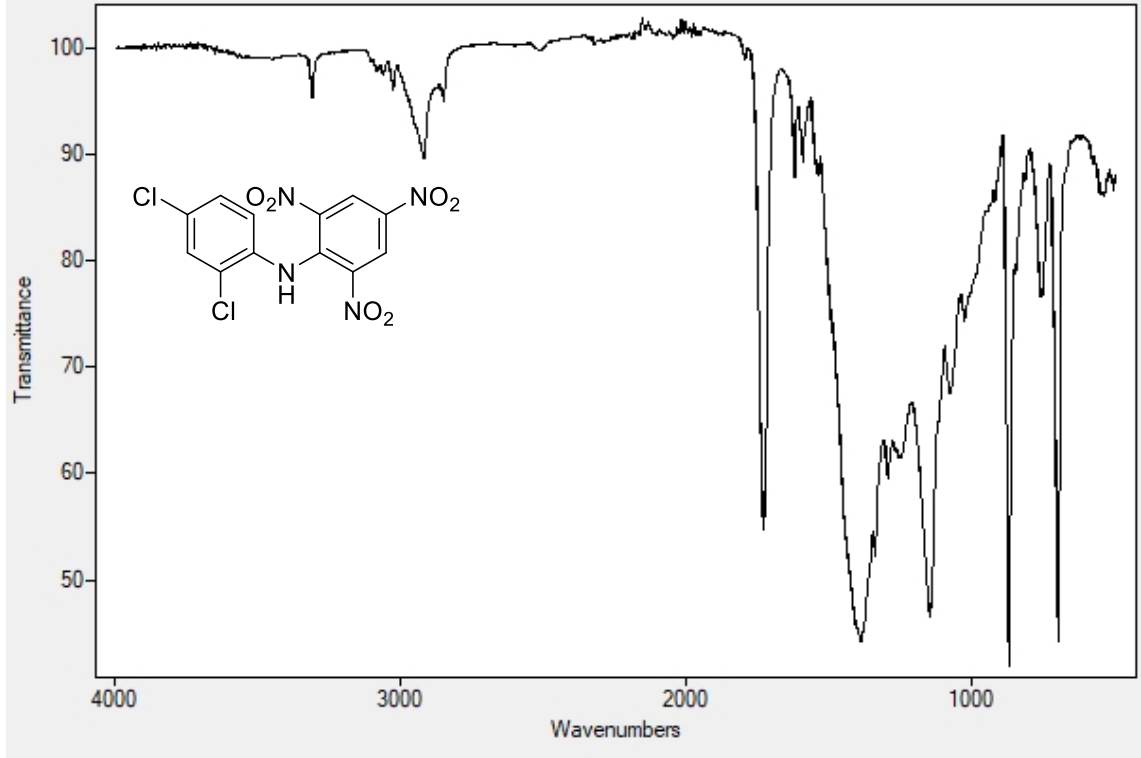


Ek 1.25. YM-25 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

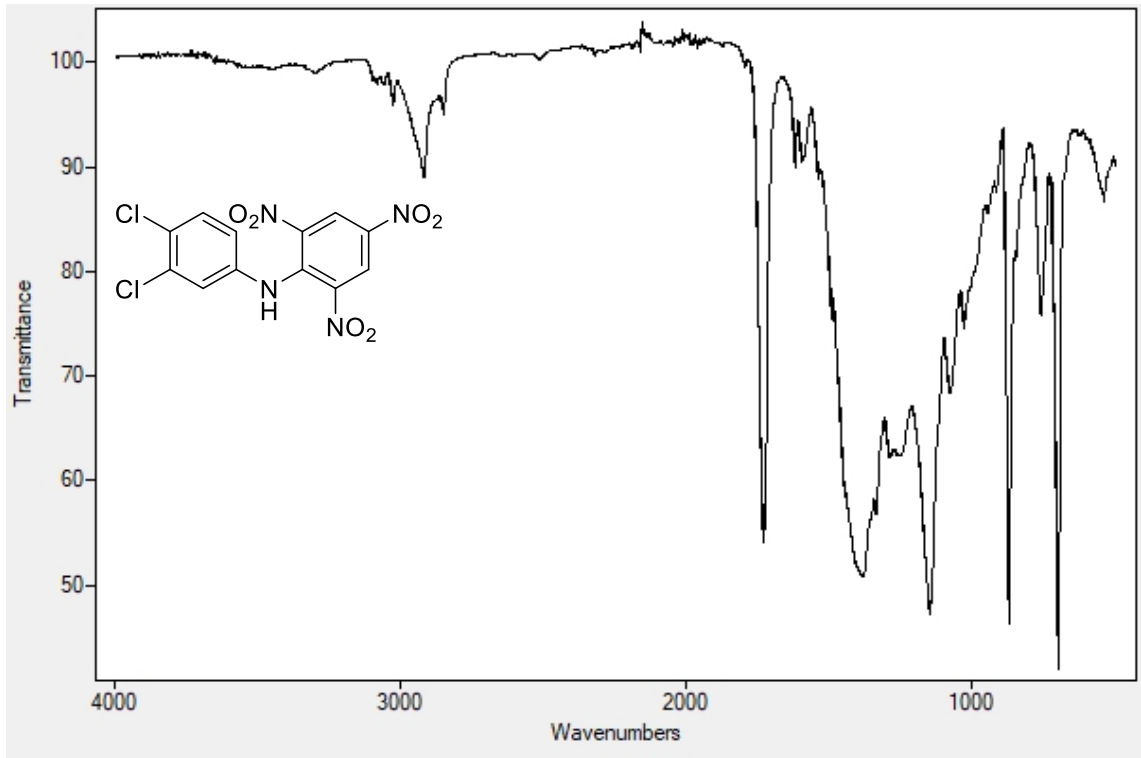

Ek 1.26. YM-26 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

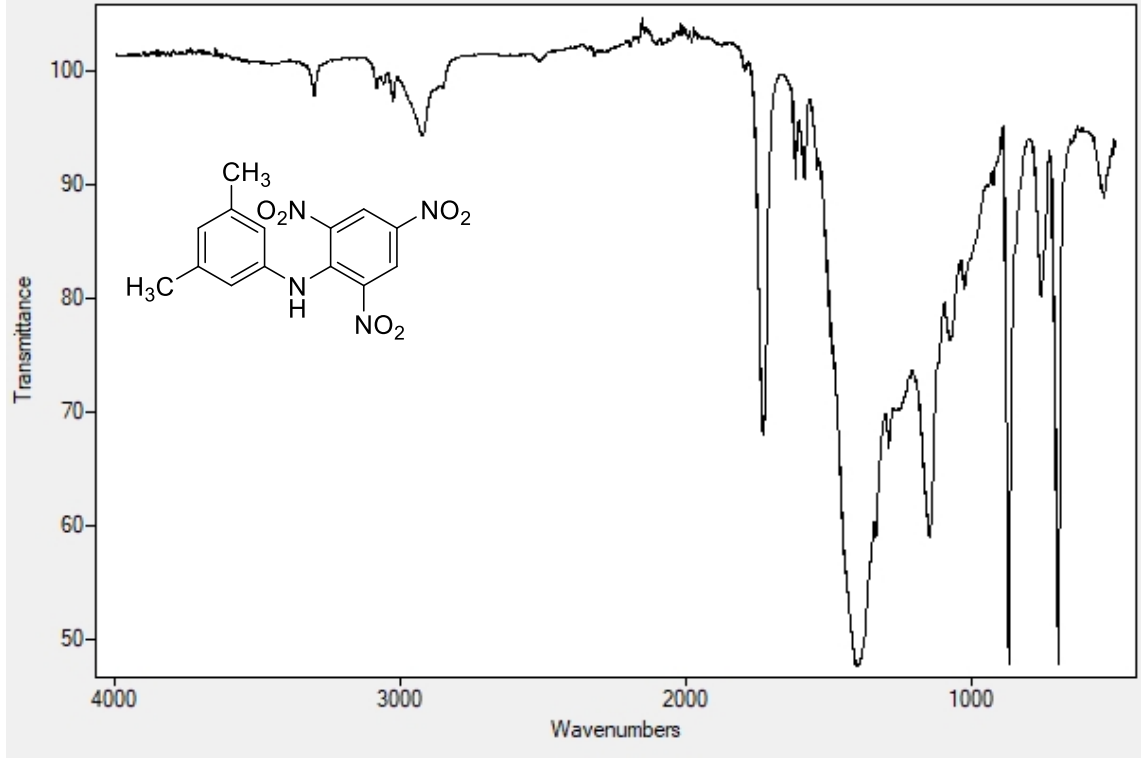


Ek 1.27. YM-27 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

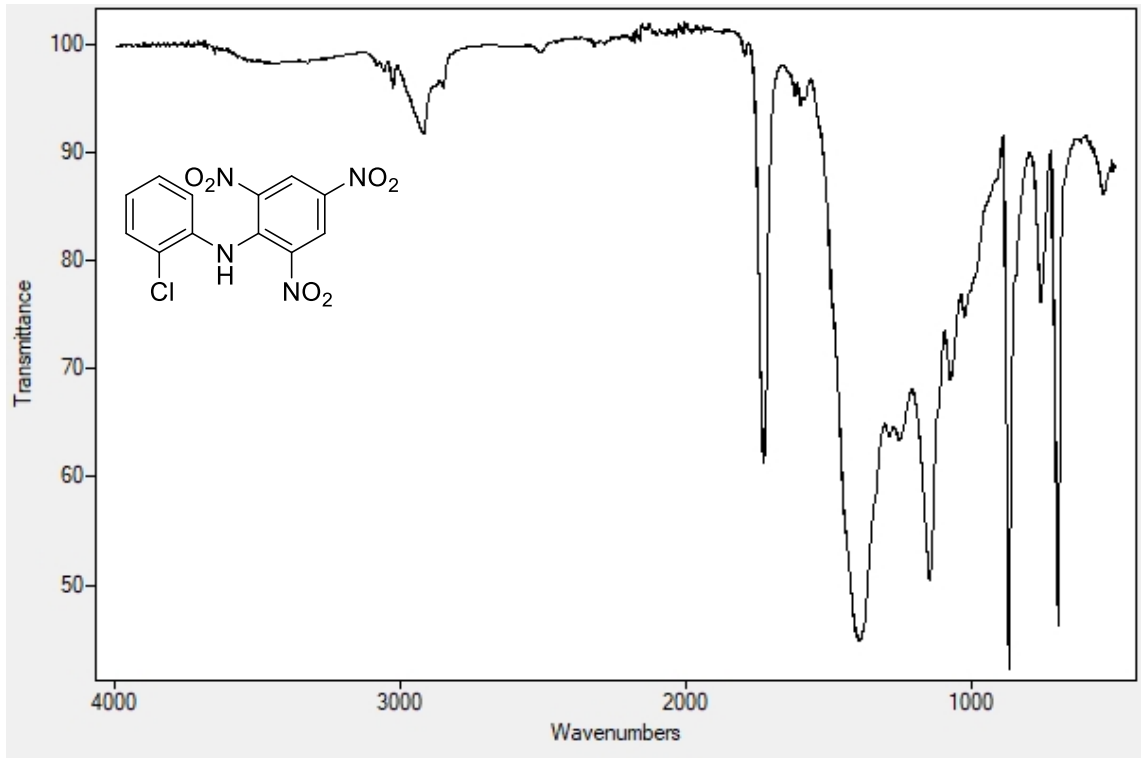


Ek 1.28. YM-28 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu




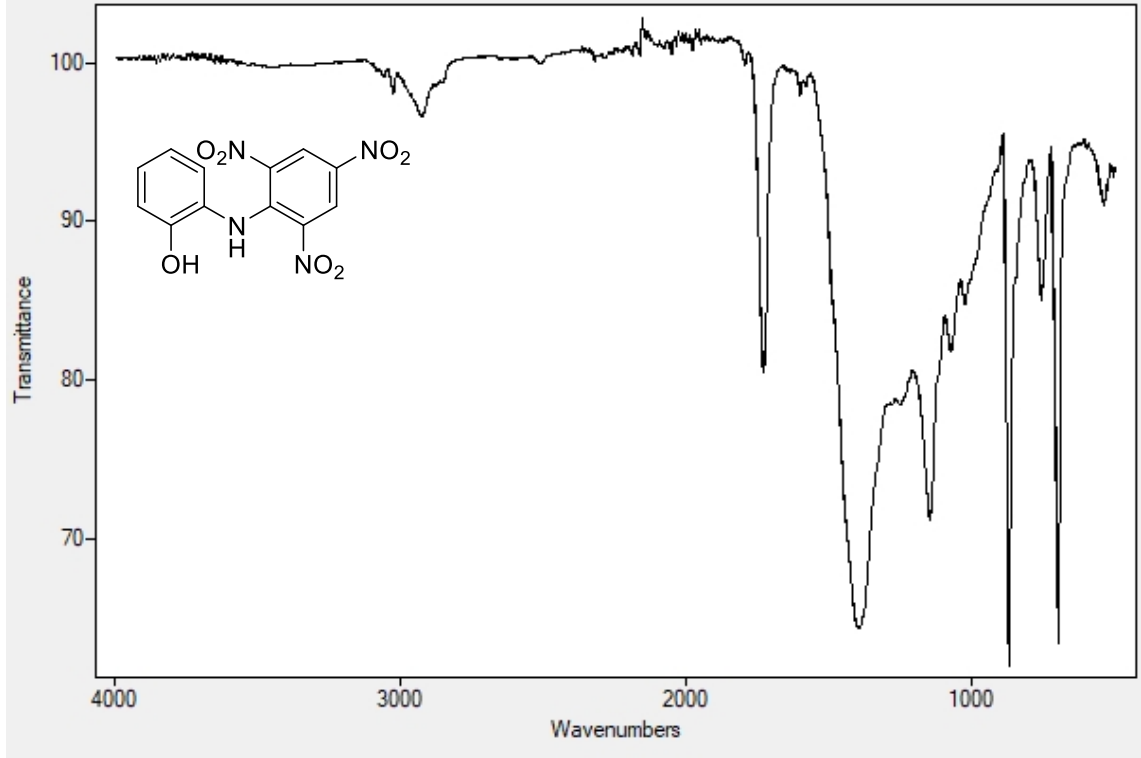


Ek 1.29. YM-29 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

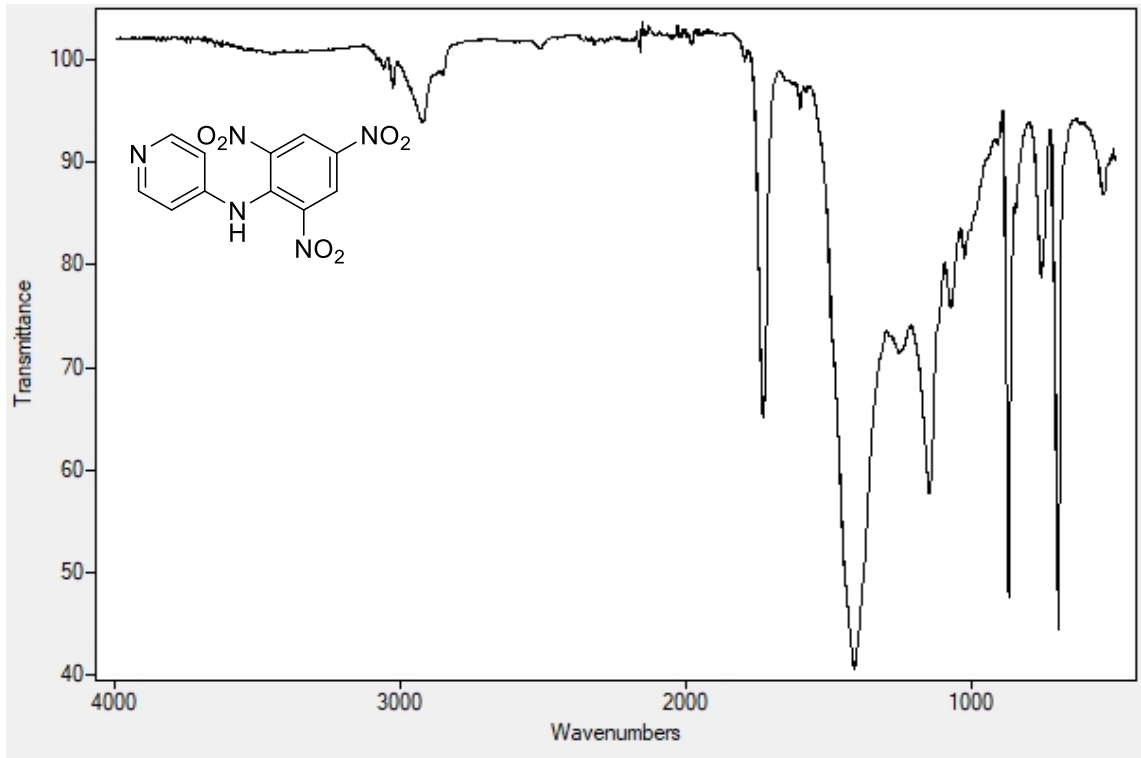


Ek 1.30. YM-30 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

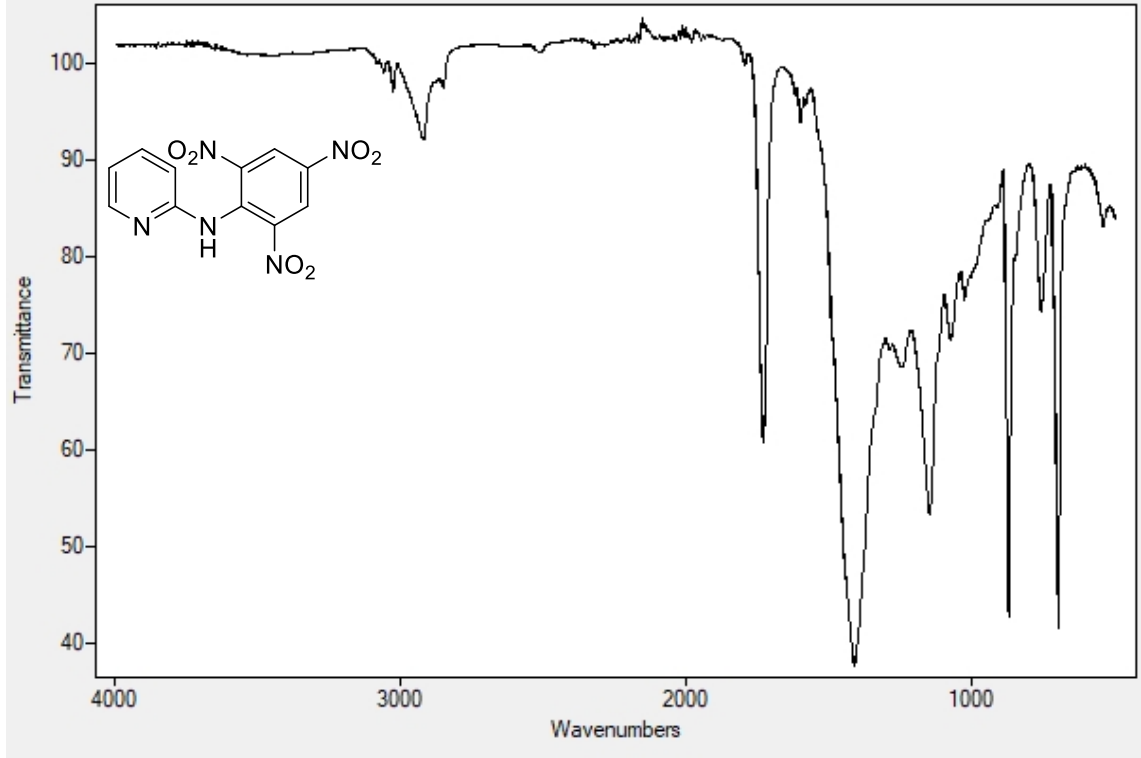


Ek 1.31. YM-30A ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

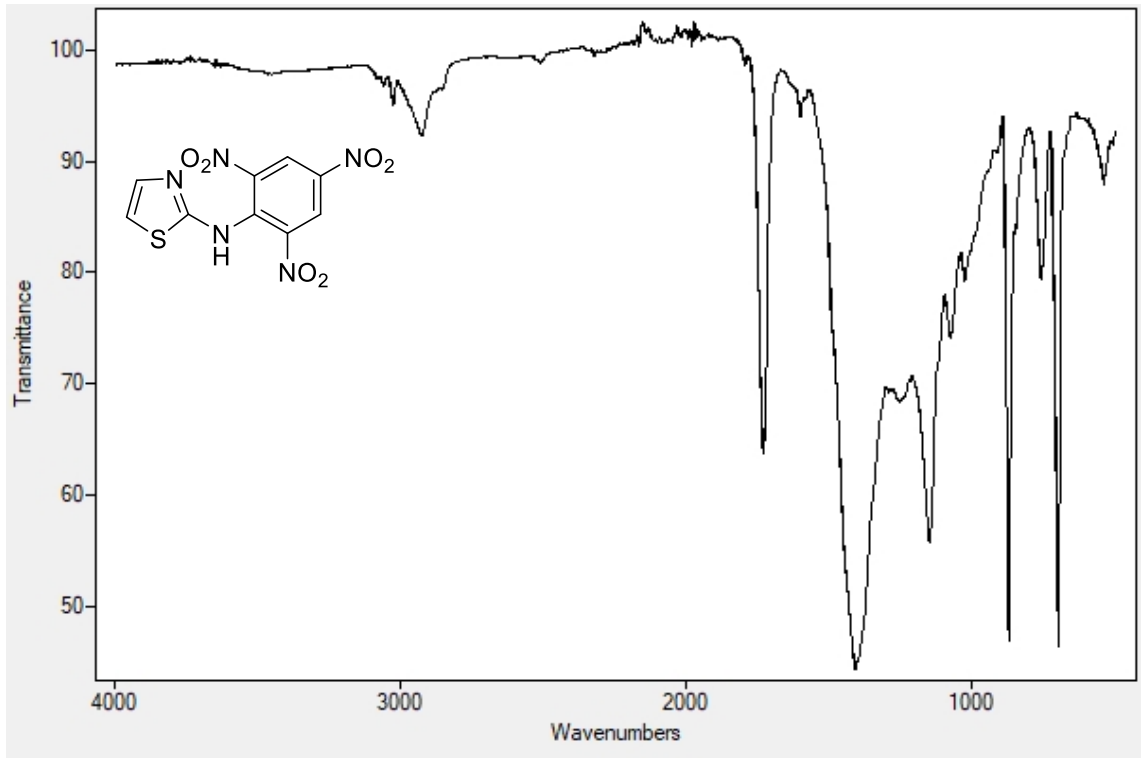


Ek 1.32. YM-30B ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

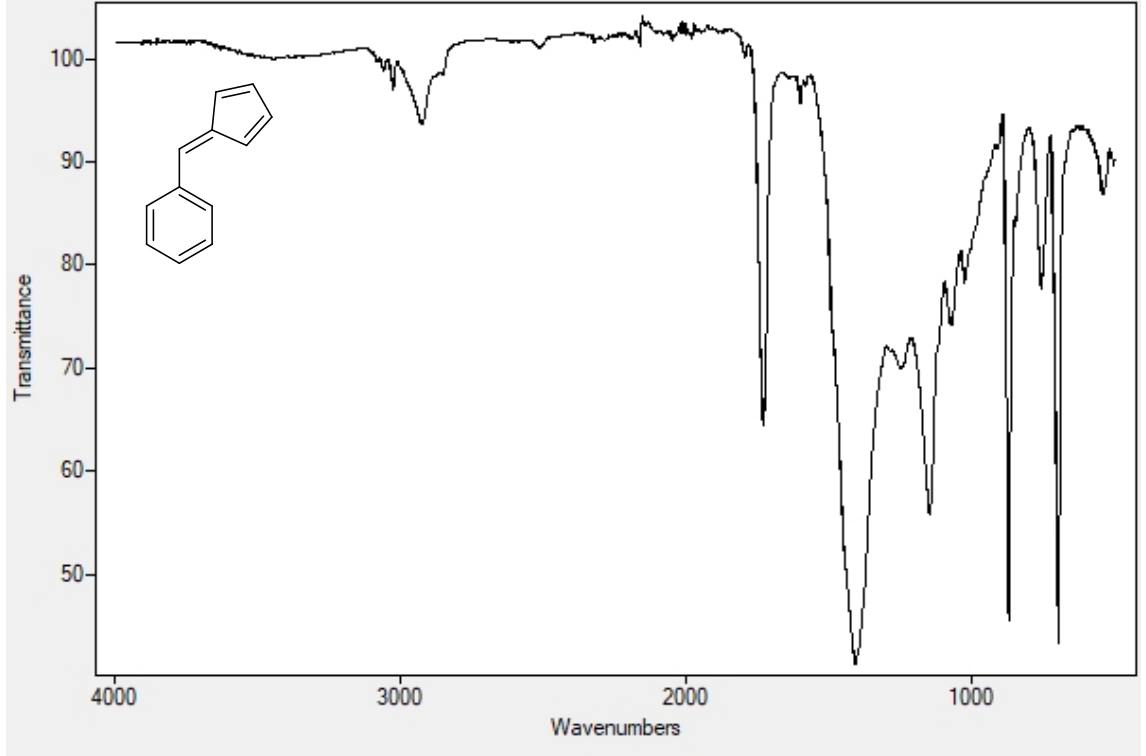


Ek 1.33. YM-31 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

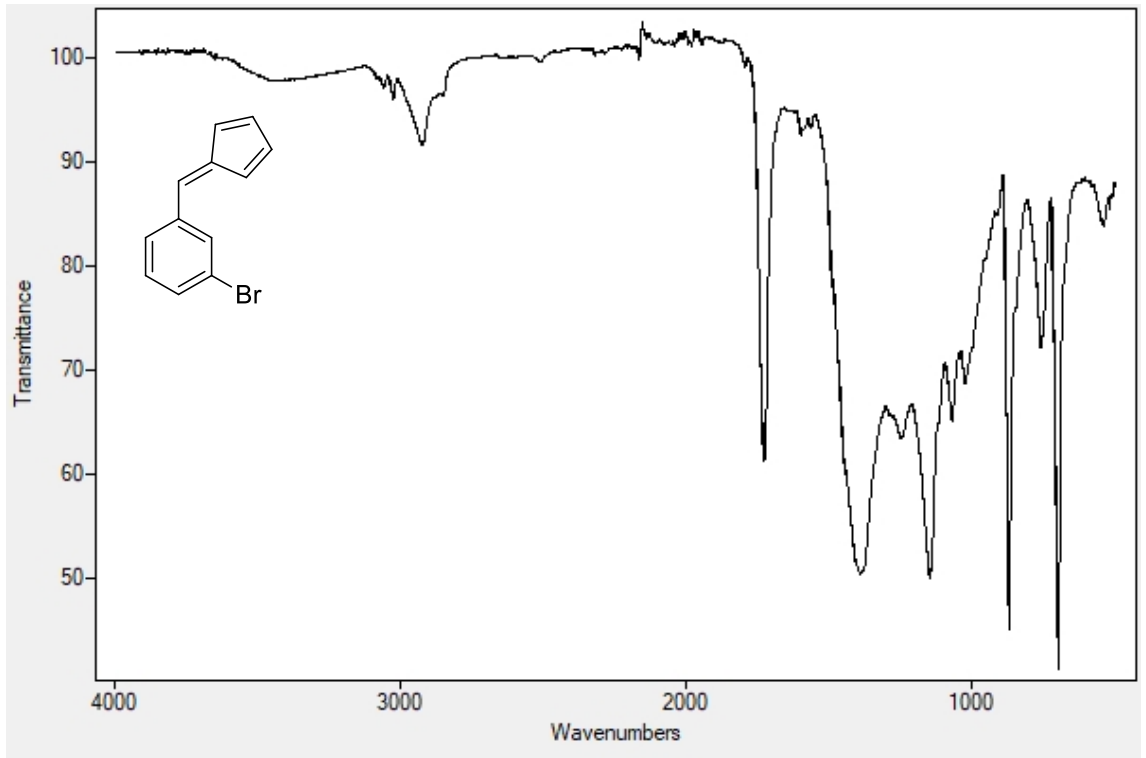


Ek 1.34. YM-32 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

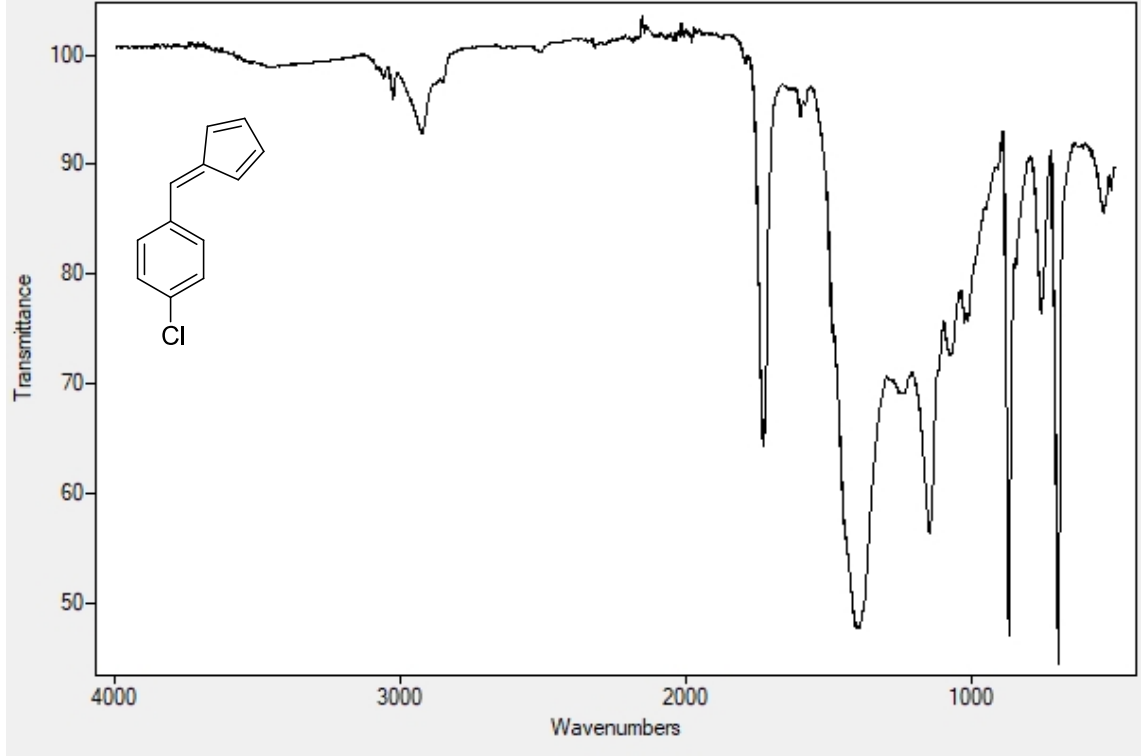


Ek 1.35. YM-33 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

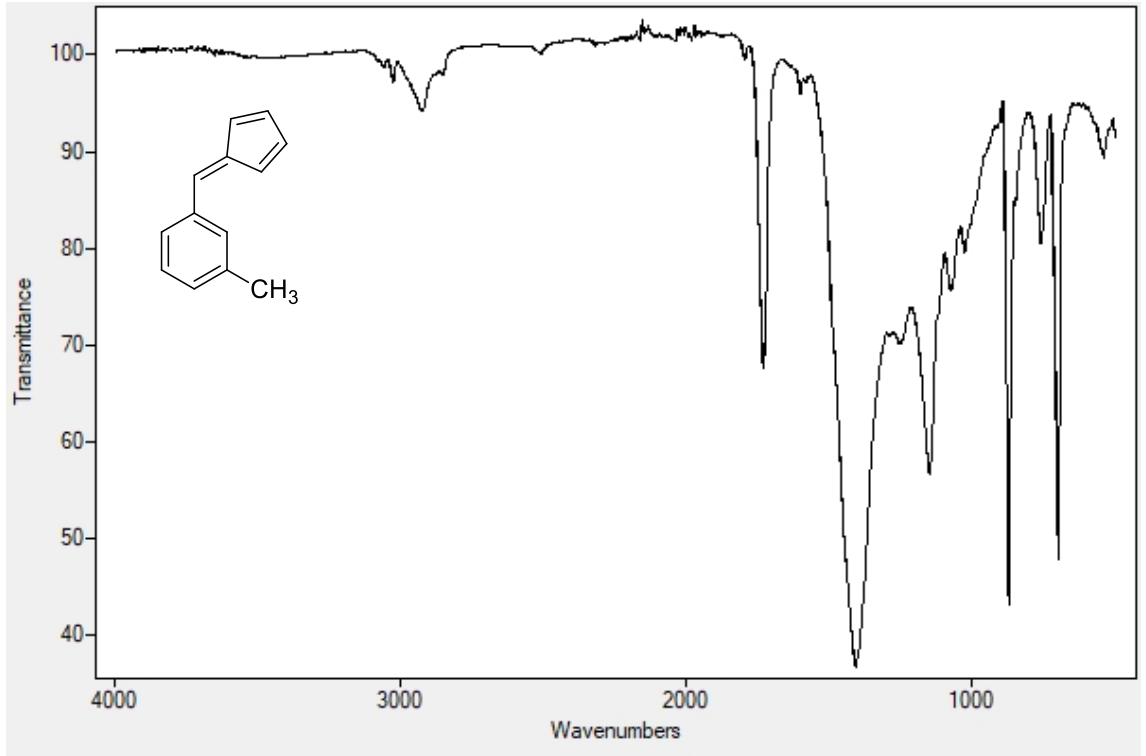


Ek 1.36. YM-34 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

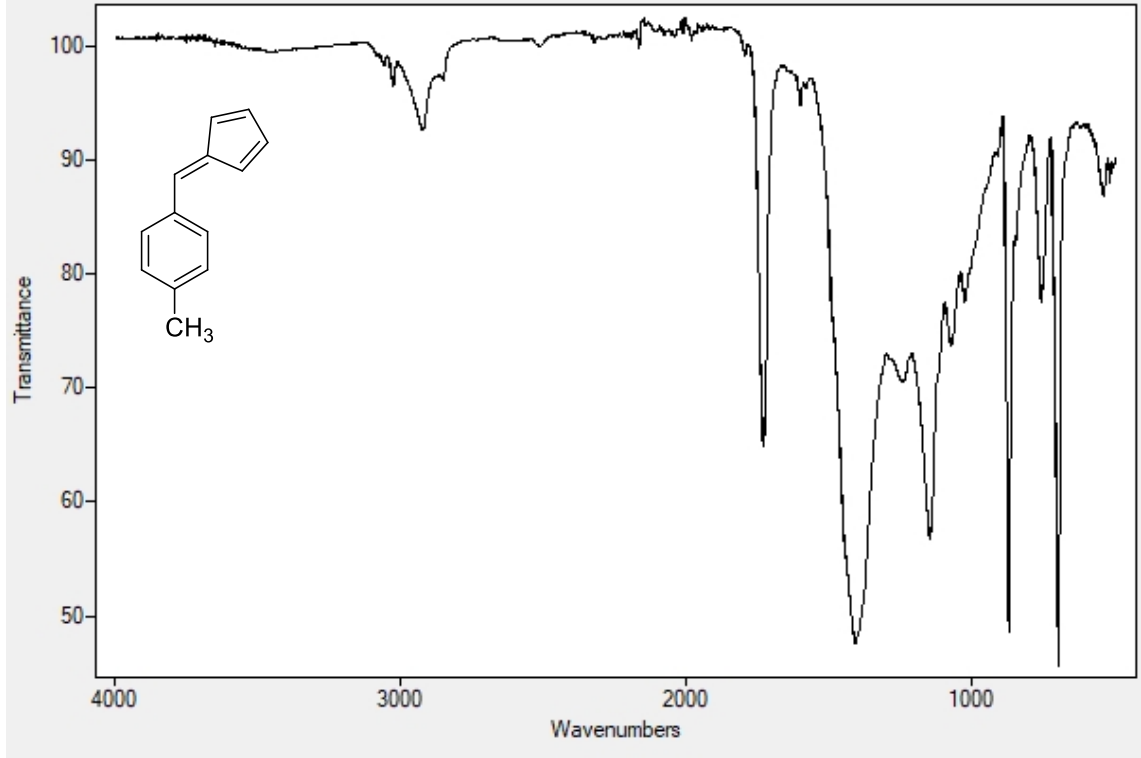


Ek 1.37. YM-35 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

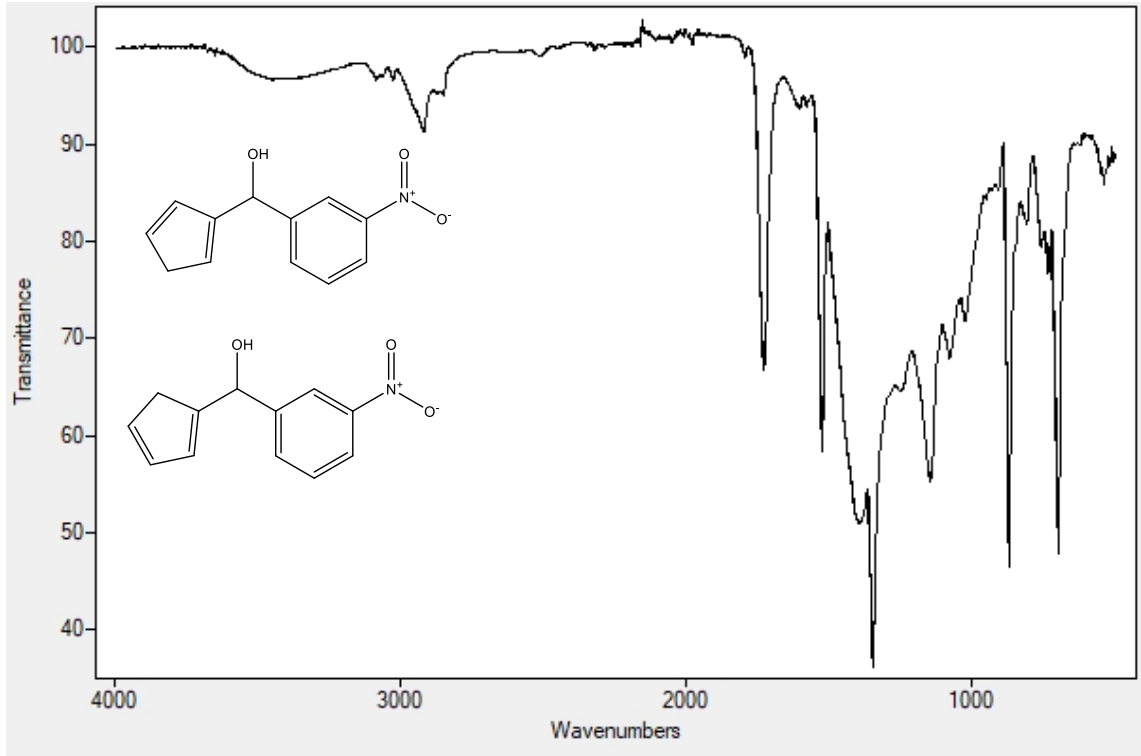


Ek 1.38. YM-36 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

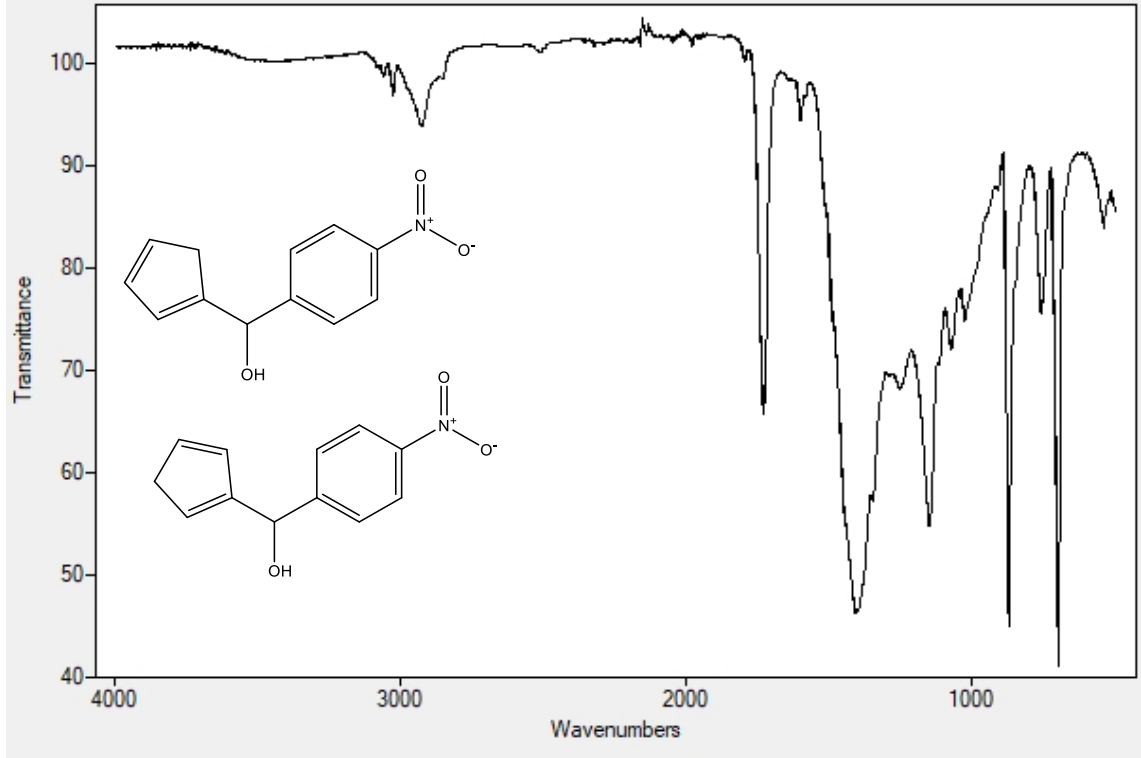


Ek 1.39. YM-37 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

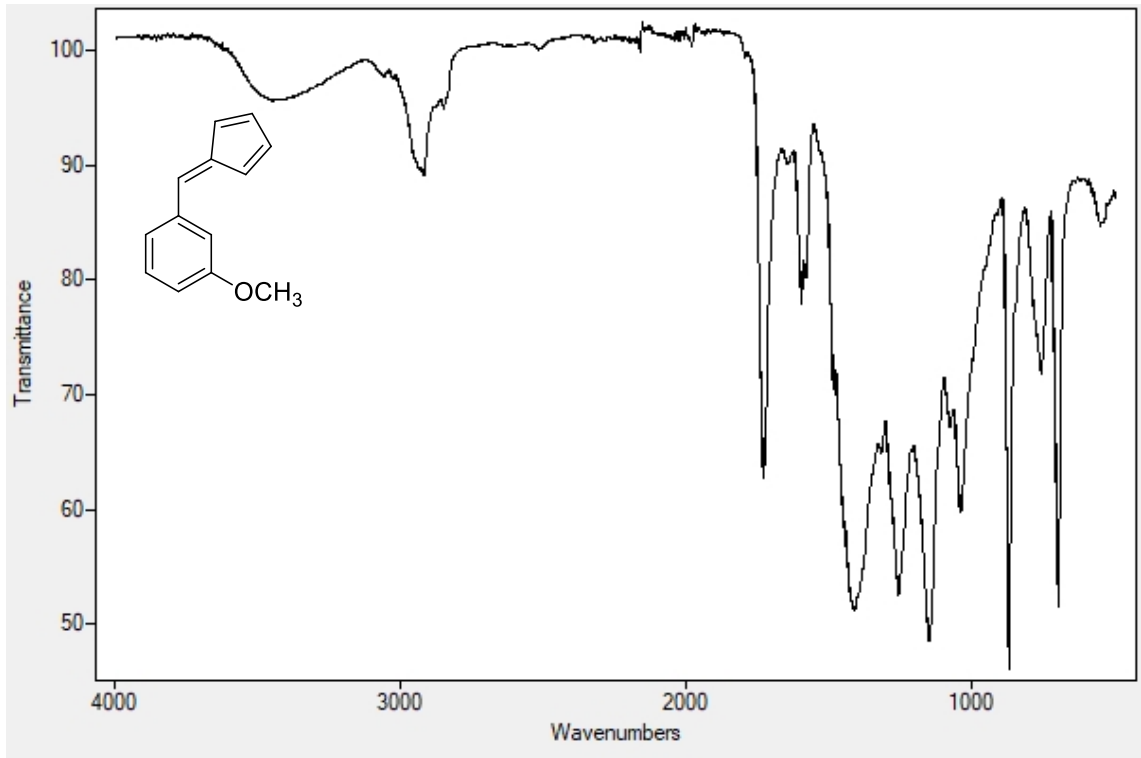

Ek 1.40. YM-38 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

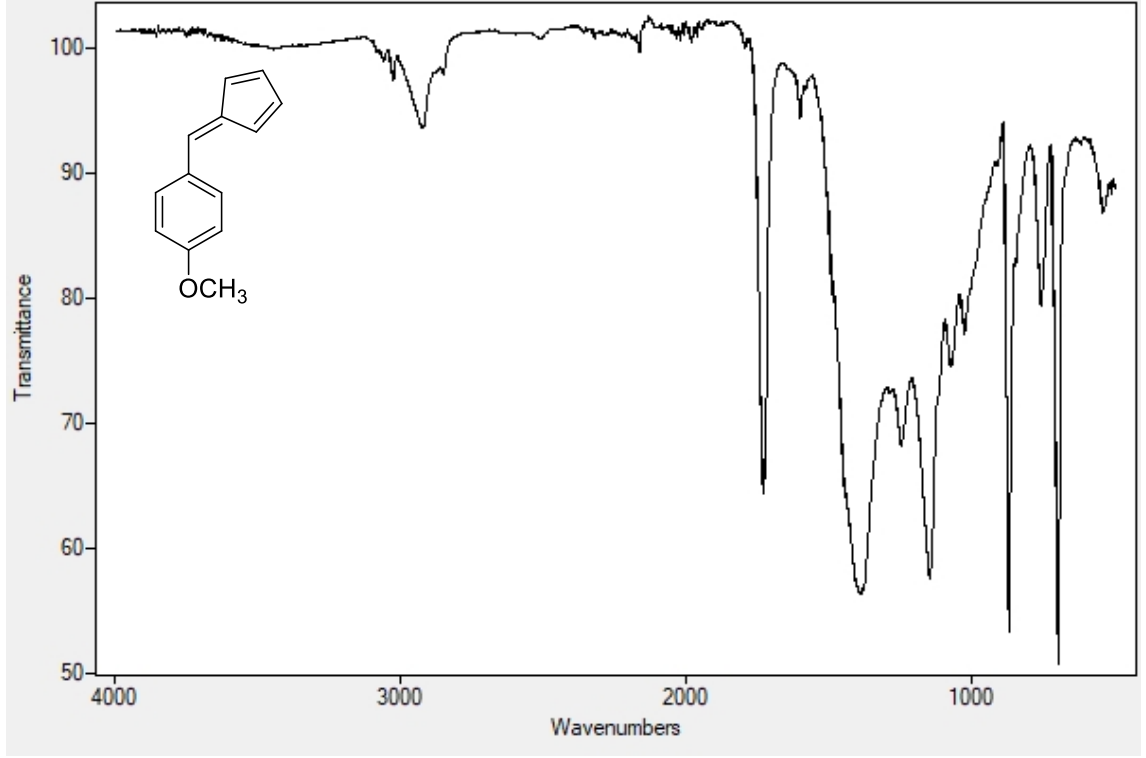


Ek 1.41. YM-39 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

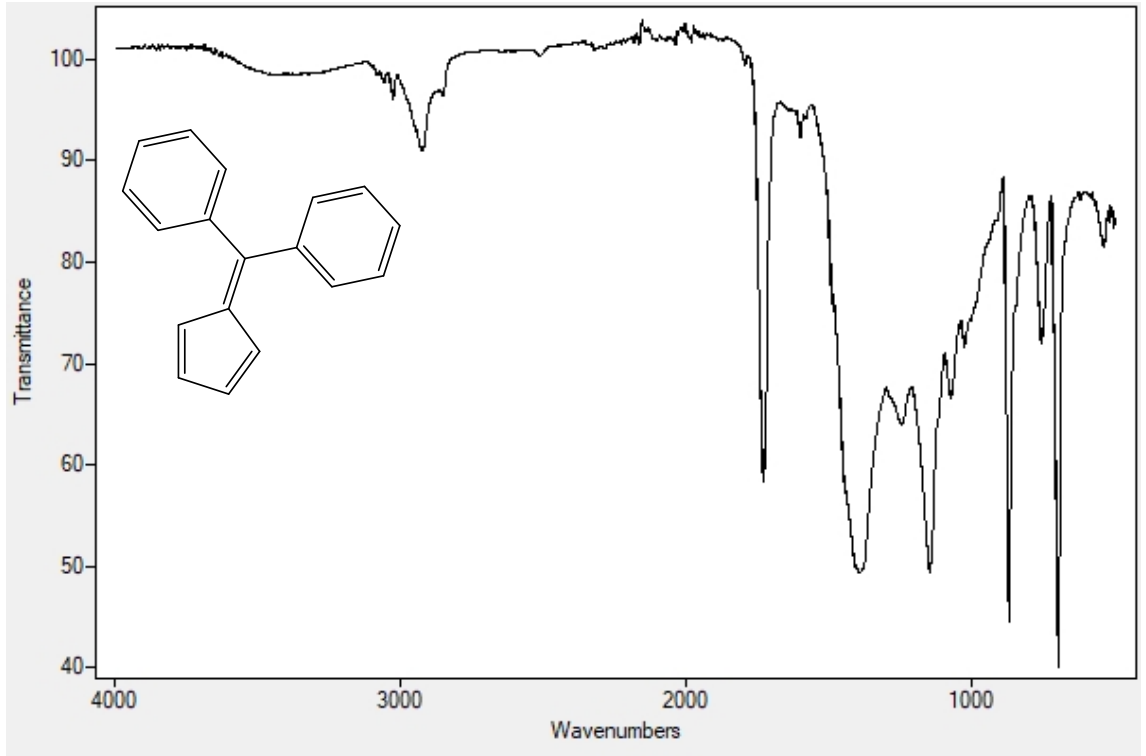


Ek 1.42. YM-40 ile modifiye edilmiş SMC'nin FTIR Spektrumu

## EK 2 BOYA ÜZERİNDEN FTIR SPEKTRUMLARI

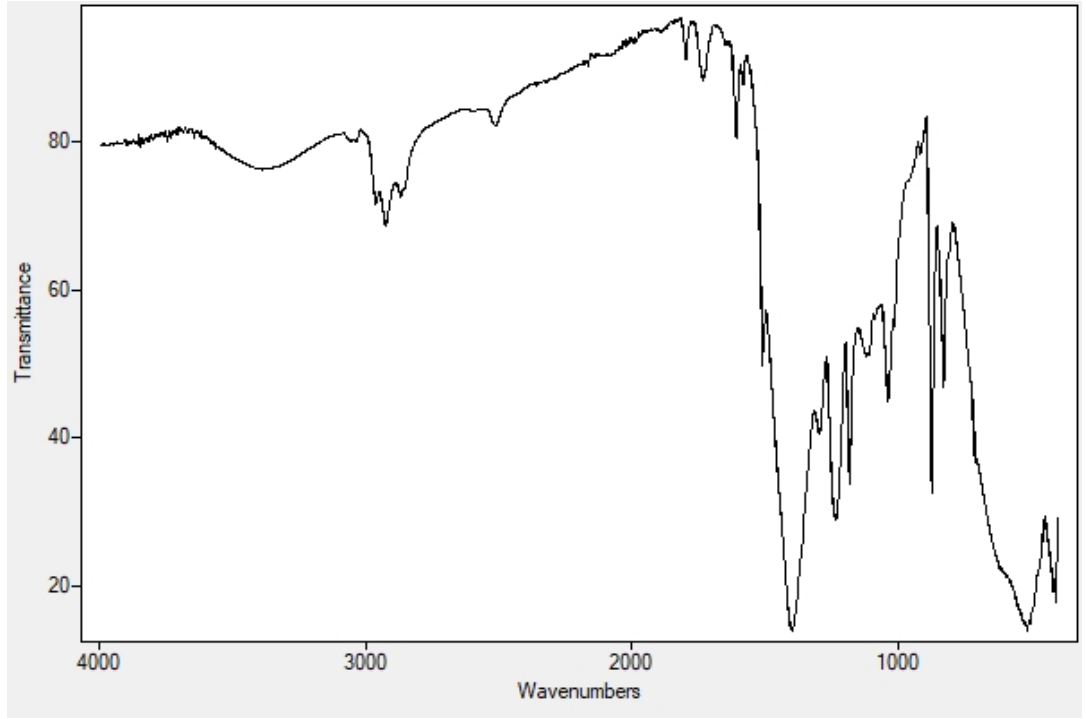


Ek 2.1. Otomatik boyası FTIR spektrumu

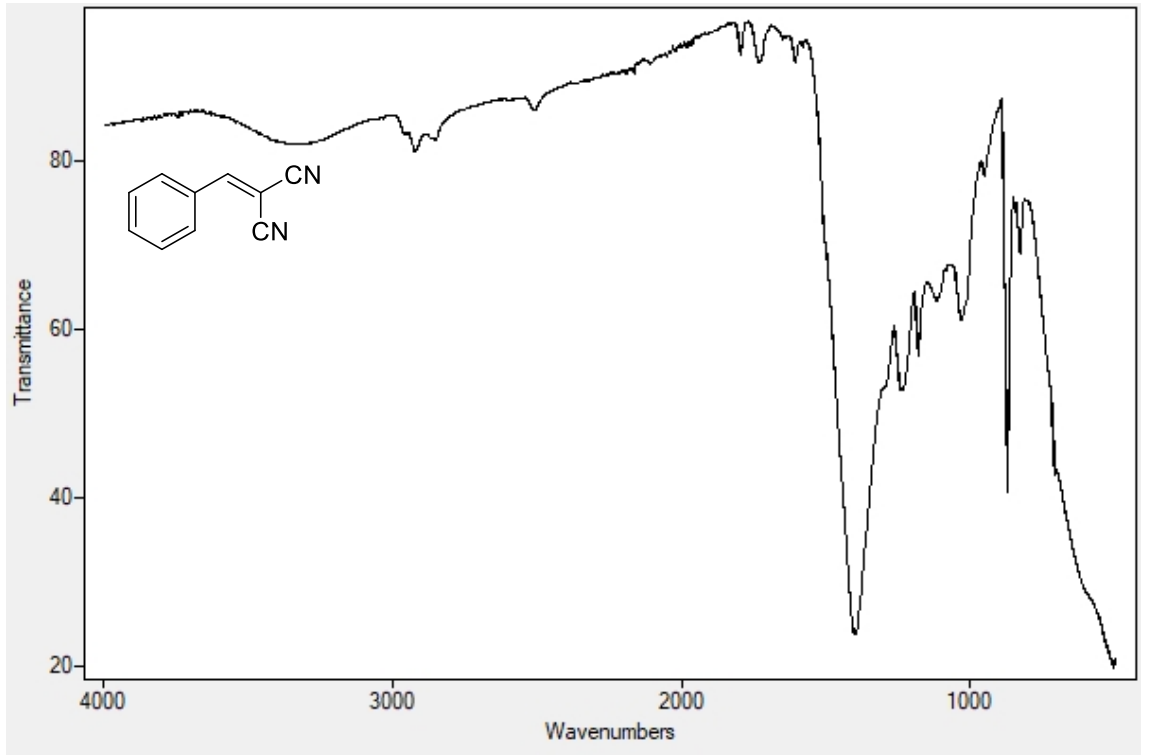


Ek 2.2. YM-11'in boya üzerinden FTIR spektrumu




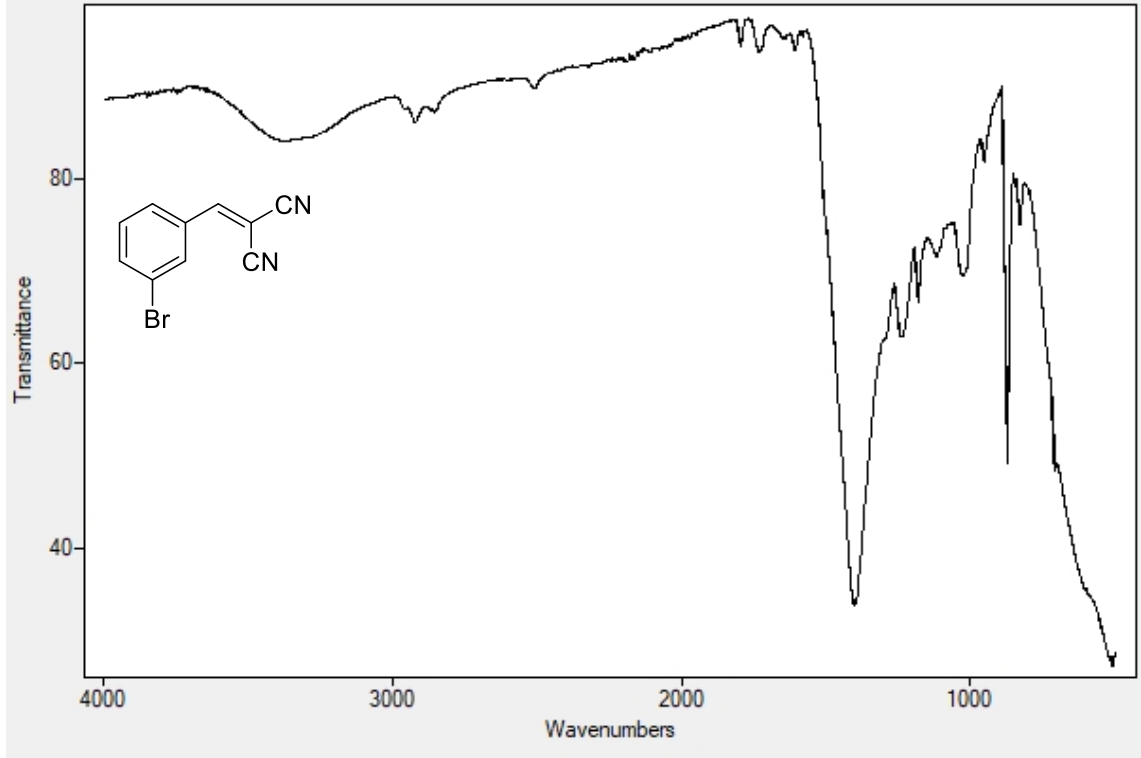


Ek 2.3. YM-12'nin boya üzerinden FTIR spektrumu

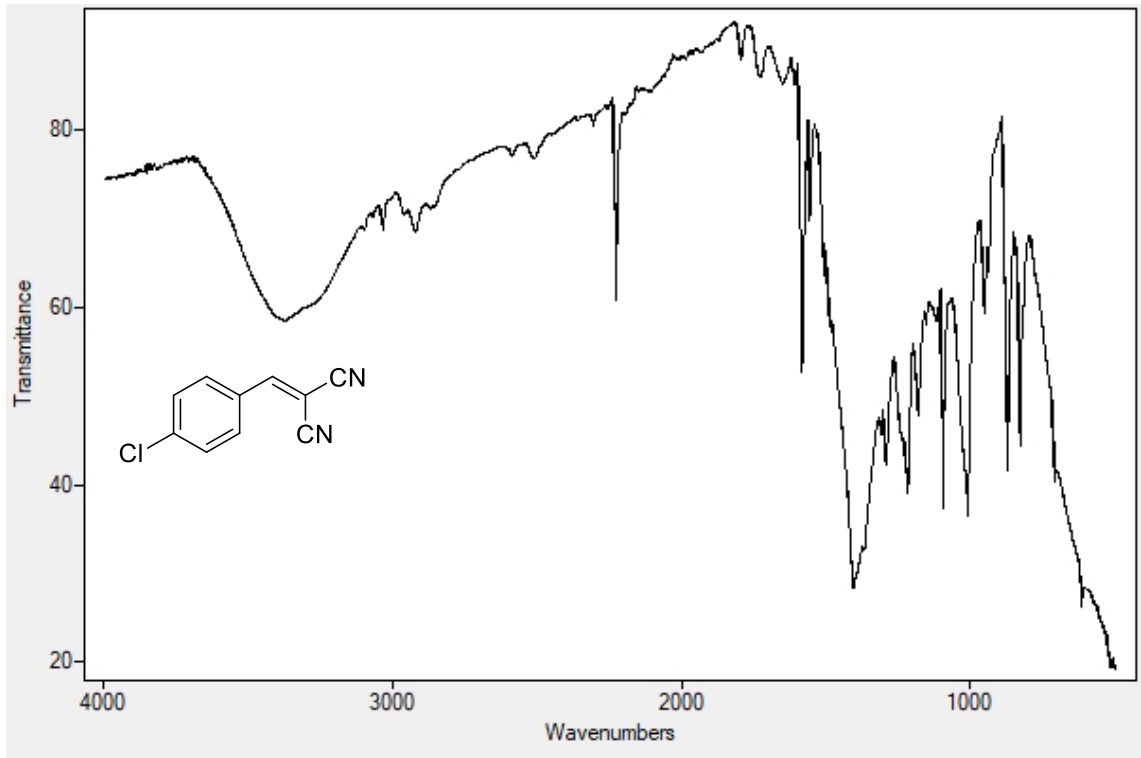


Ek 2.4. YM-13'ün boya üzerinden FTIR spektrumu

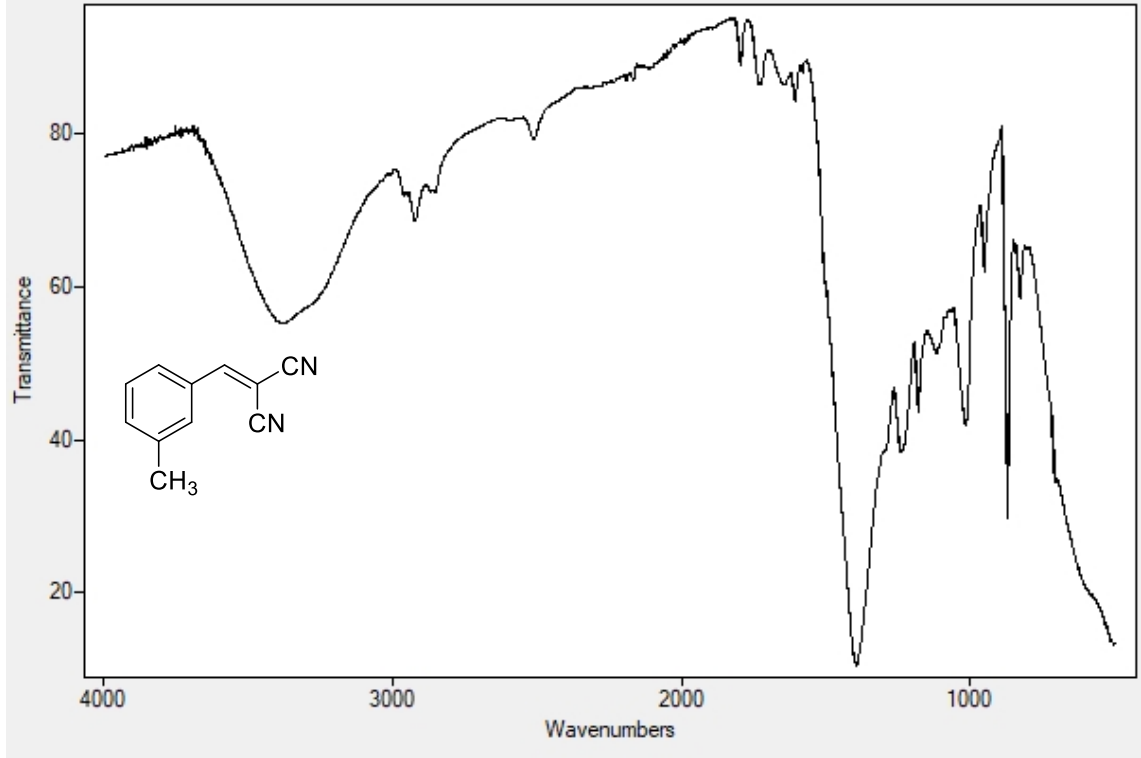


Ek 2.5. YM-14'ün boya üzerinden FTIR spektrumu

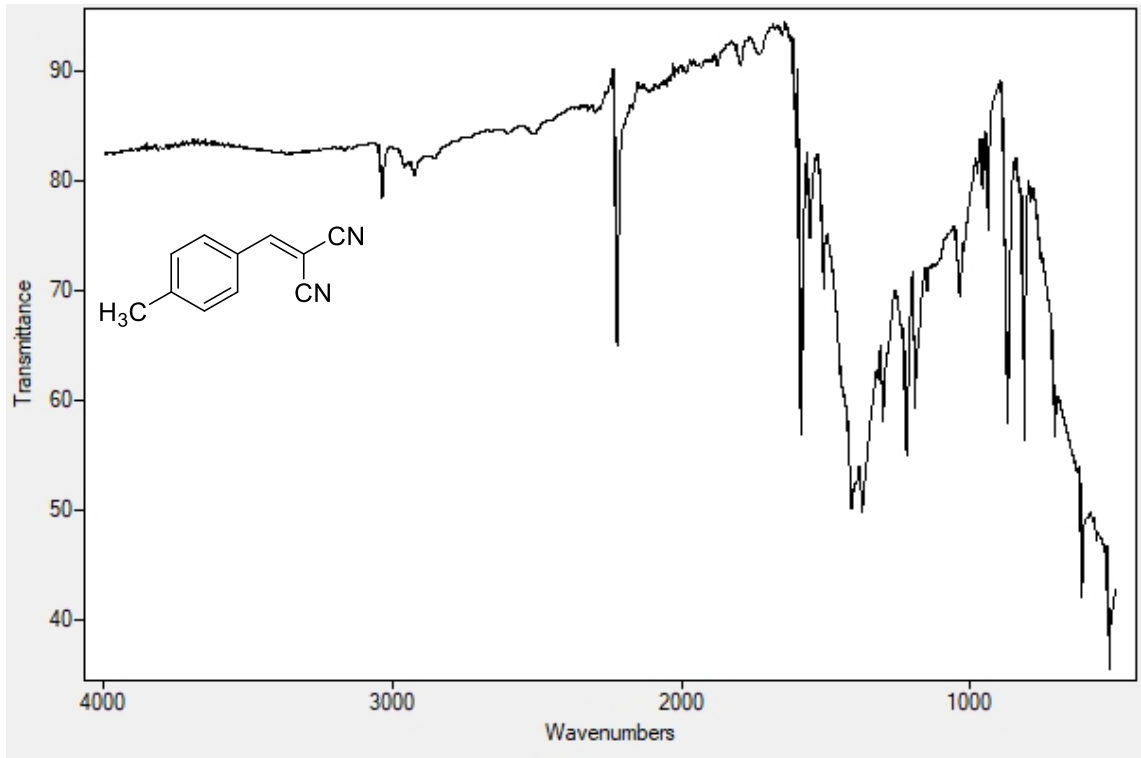


Ek 2.6. YM-15'in boya üzerinden FTIR spektrumu

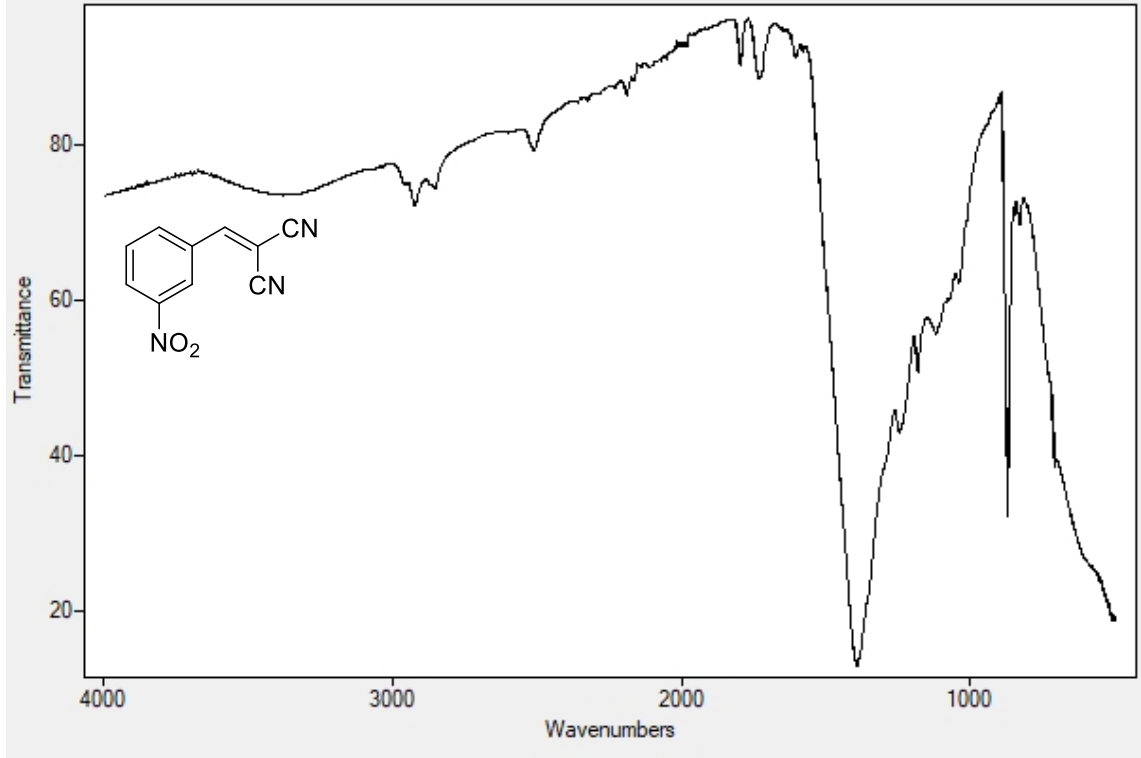


Ek 2.7. YM-16'nin boya üzerinden FTIR spektrumu

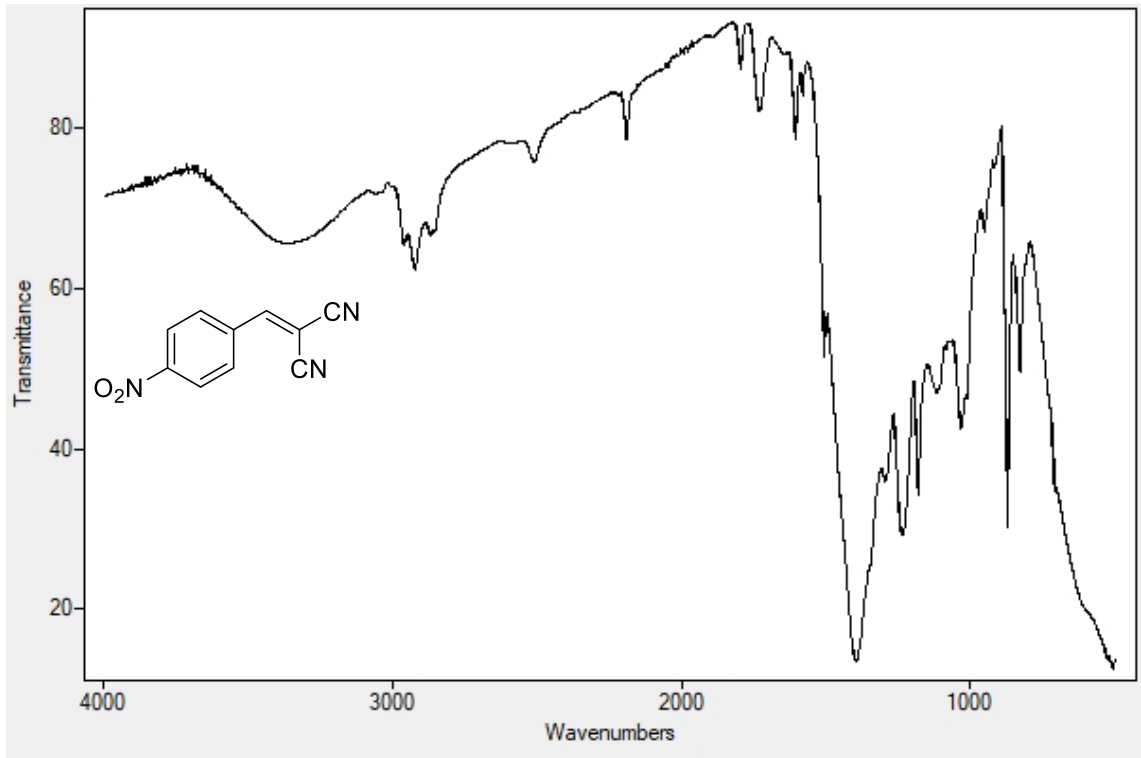


Ek 2.8. YM-17'nin boya üzerinden FTIR spektrumu

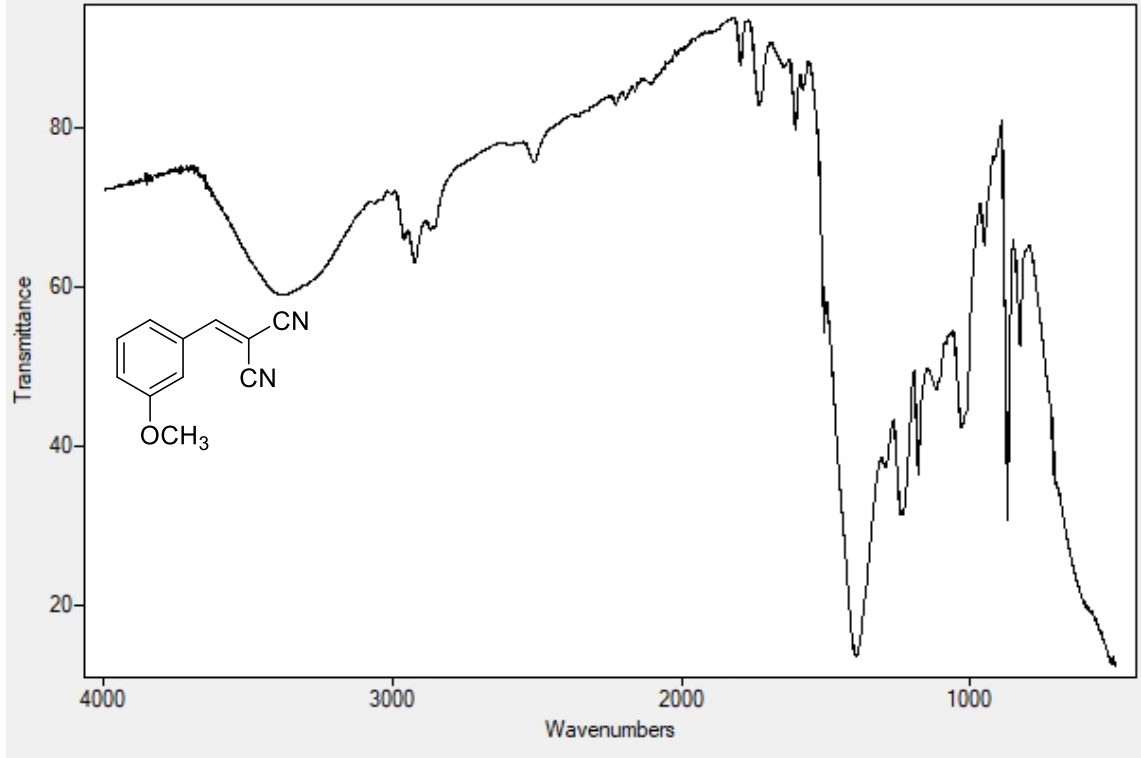

Ek 2.9. YM-18'in boya üzerinden FTIR spektrumu

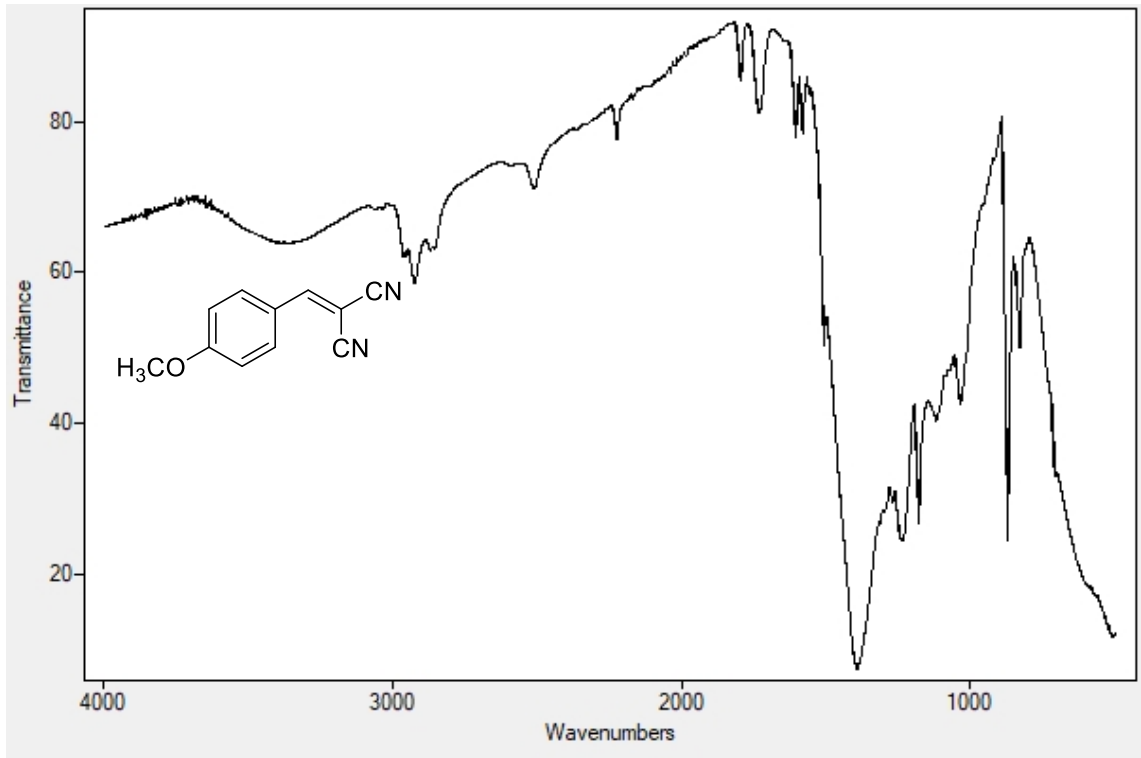


Ek 2.10. YM-19'un boya üzerinden FTIR spektrumu

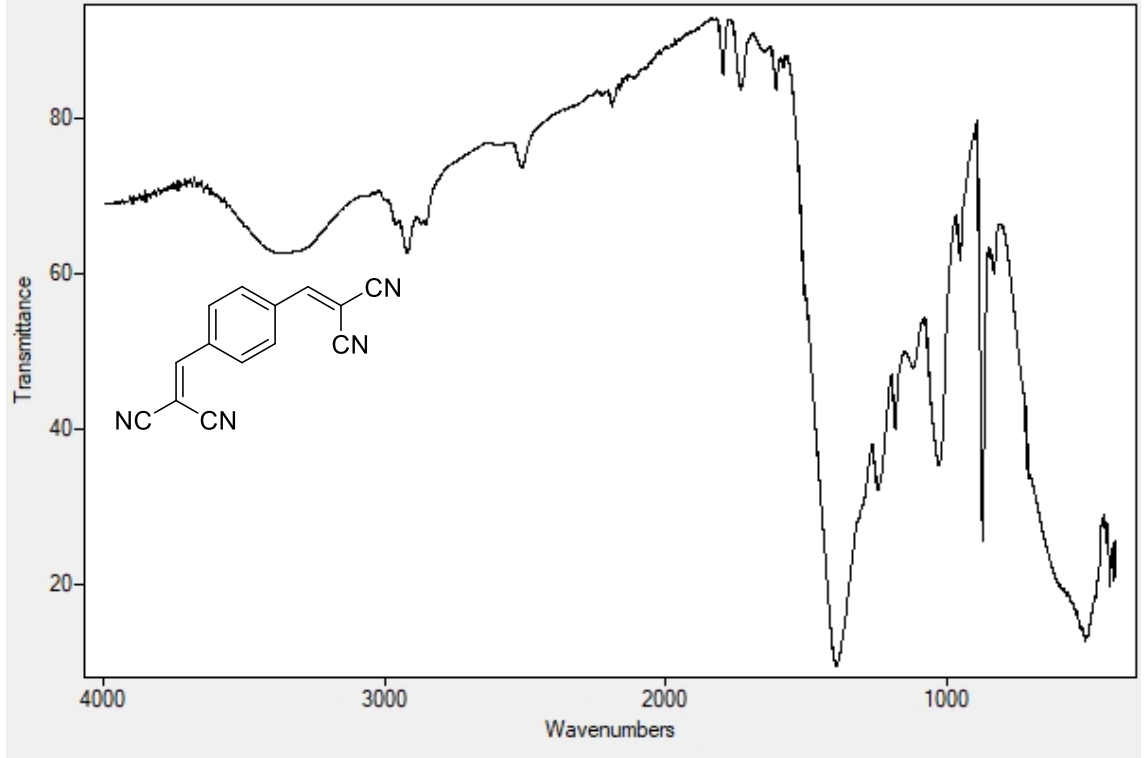


Ek 2.11. YM-20'nin boya üzerinden FTIR spektrumu


### EK 3 BİLEŞİKLERİN KARAKTERİSTİK SPEKTRUMLARI

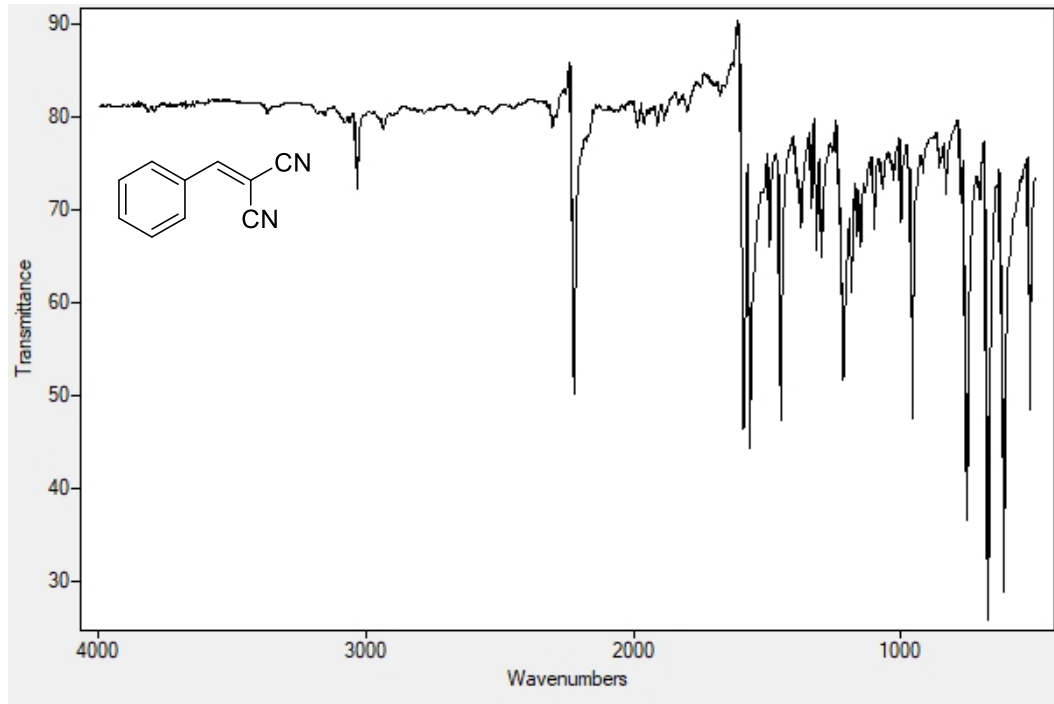


Ek 3.1. YM-11'in FTIR Spektrumu

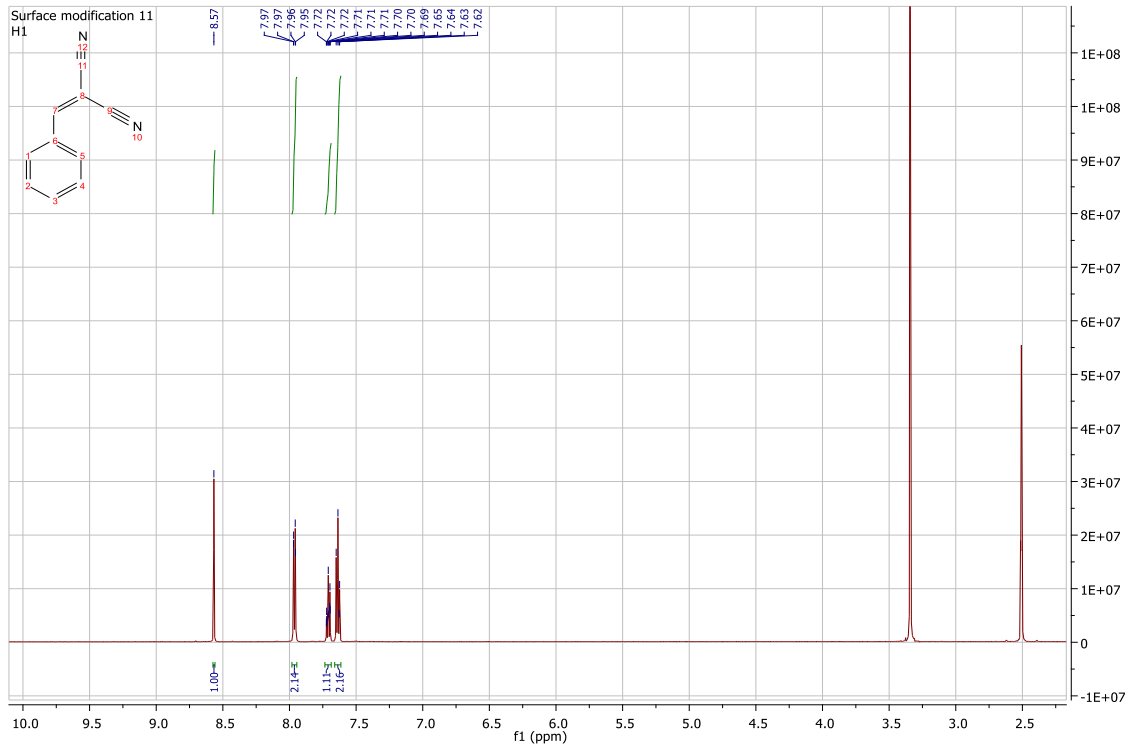


Ek 3.2. YM-11'in <sup>1</sup>H NMR spektrumu

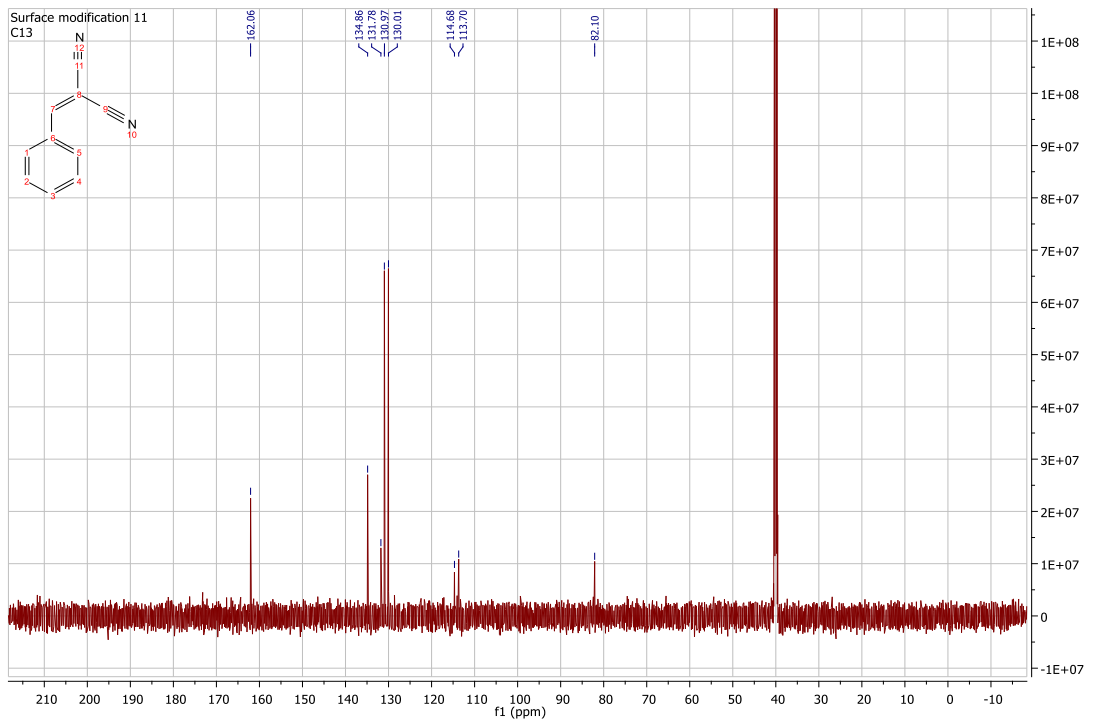


Ek 3.3.YM-11'in  $^{13}\text{C}$  NMR spektrumu

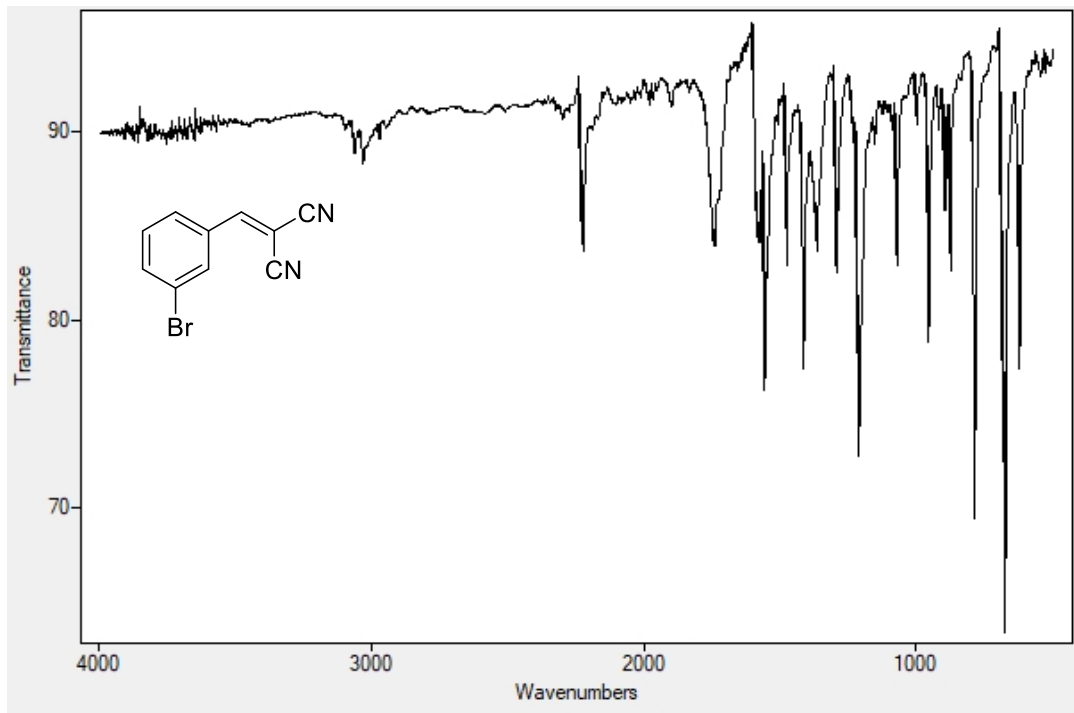

Ek 3.4. YM-12'in FTIR Spektrumu

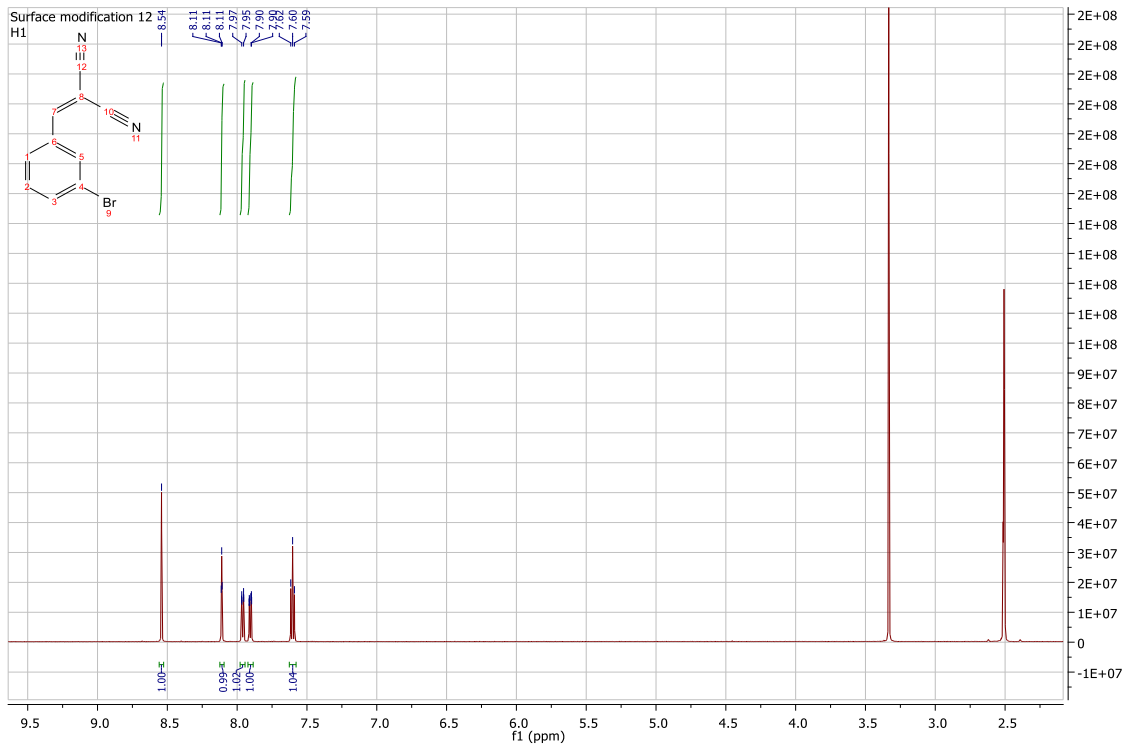


Ek 3.5. YM-12'nin  $^1\text{H}$  NMR spektrumu

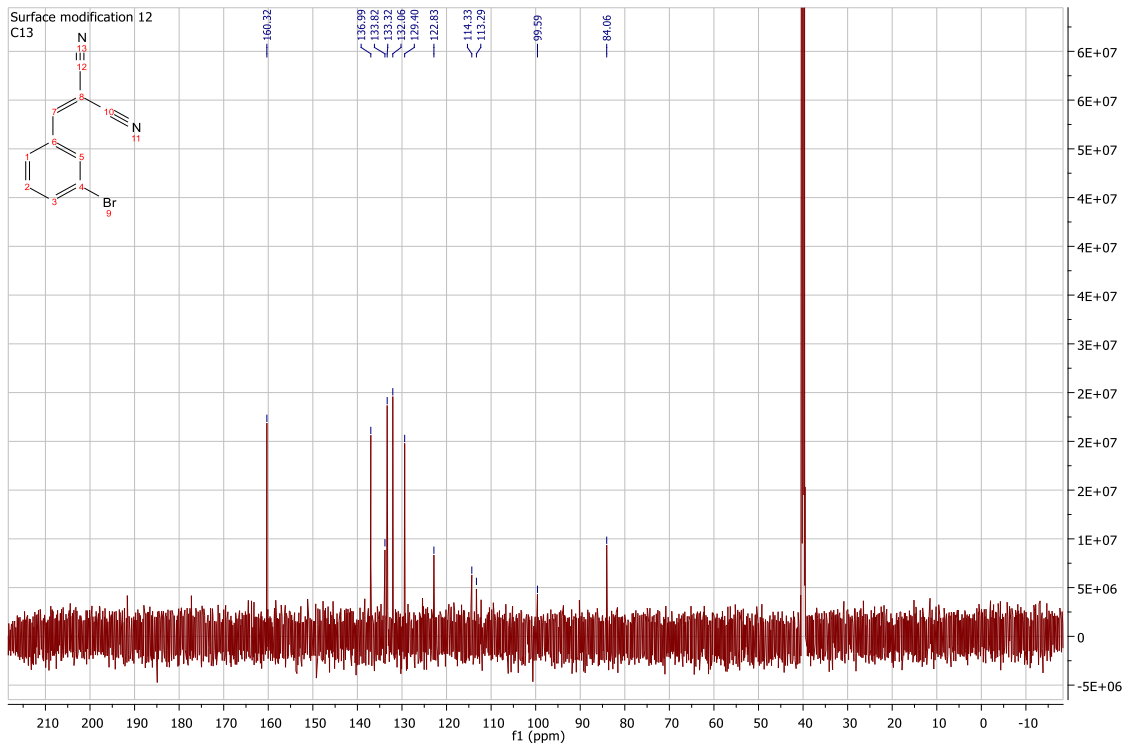


Ek 3.6. YM-12'nin  $^{13}\text{C}$  NMR spektrumu




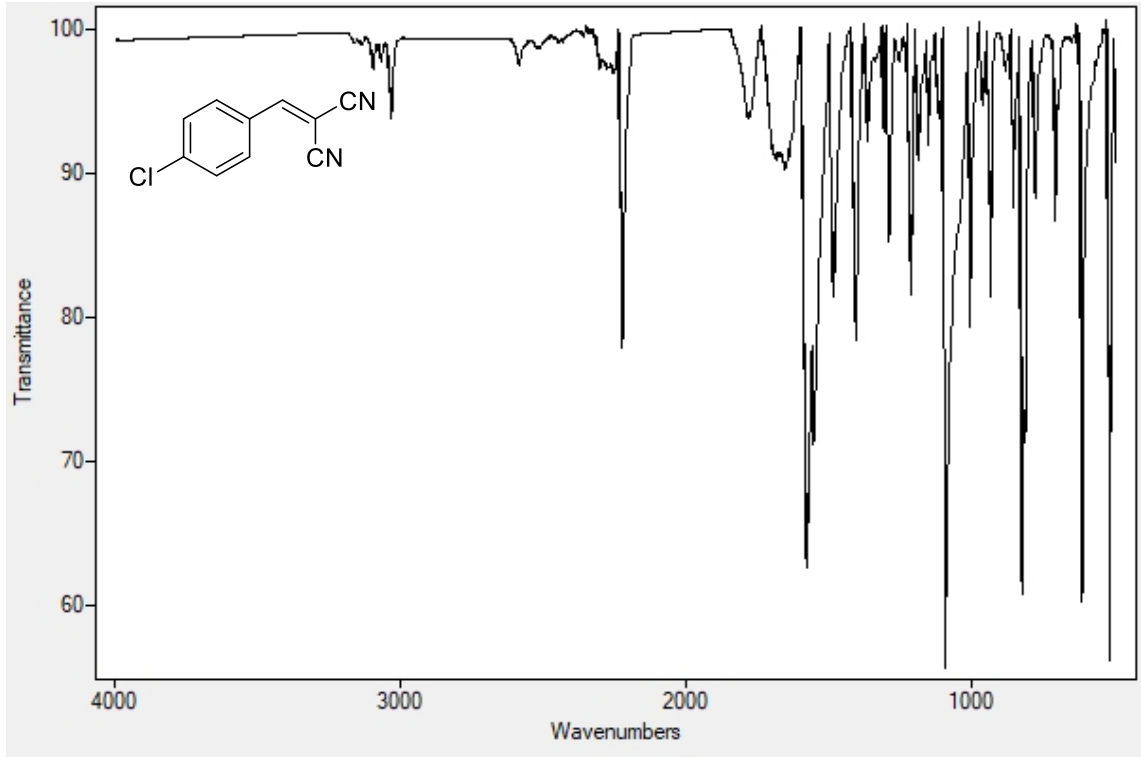


Ek 3.7. YM-13'in FTIR Spektrumu

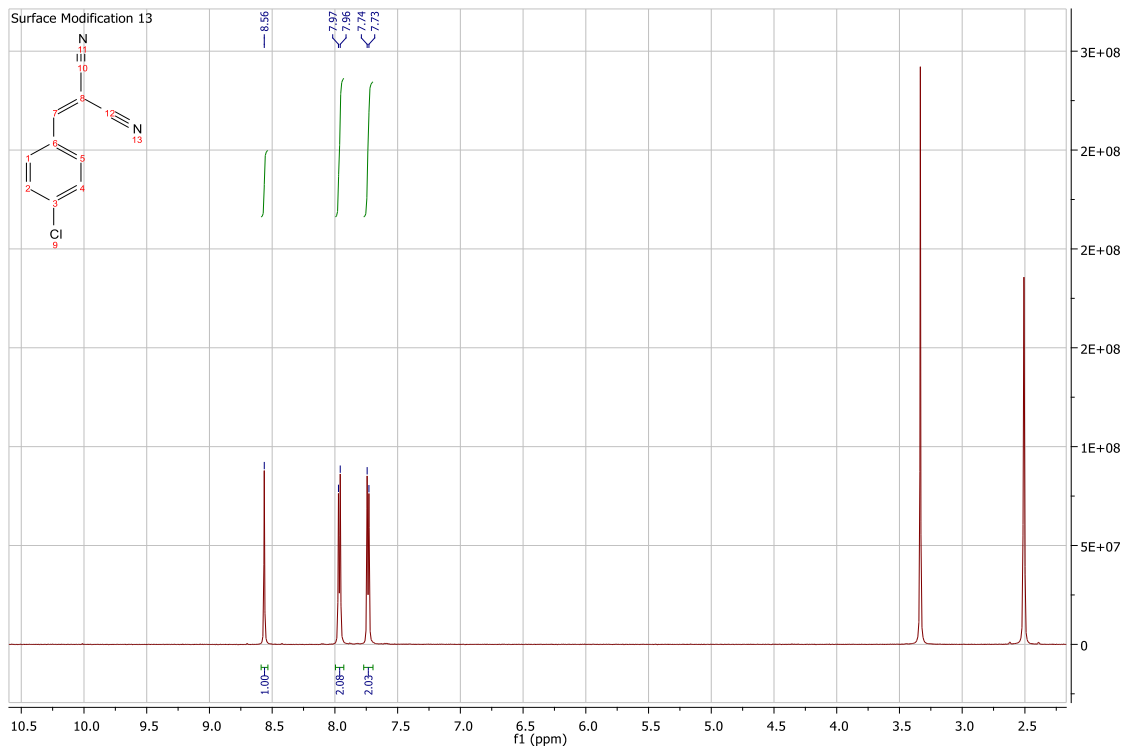


Ek 3.8. YM-13'ün <sup>1</sup>H NMR spektrumu

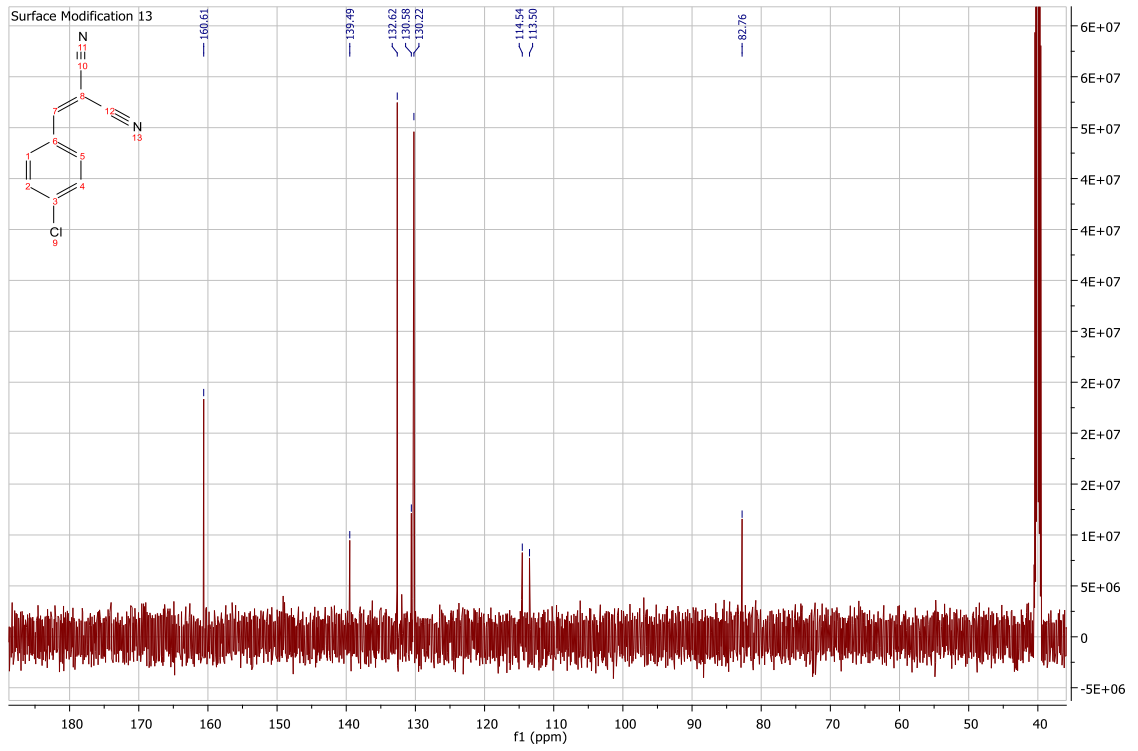


Ek 3.9. YM-13'ün  $^{13}\text{C}$  NMR spektrumu

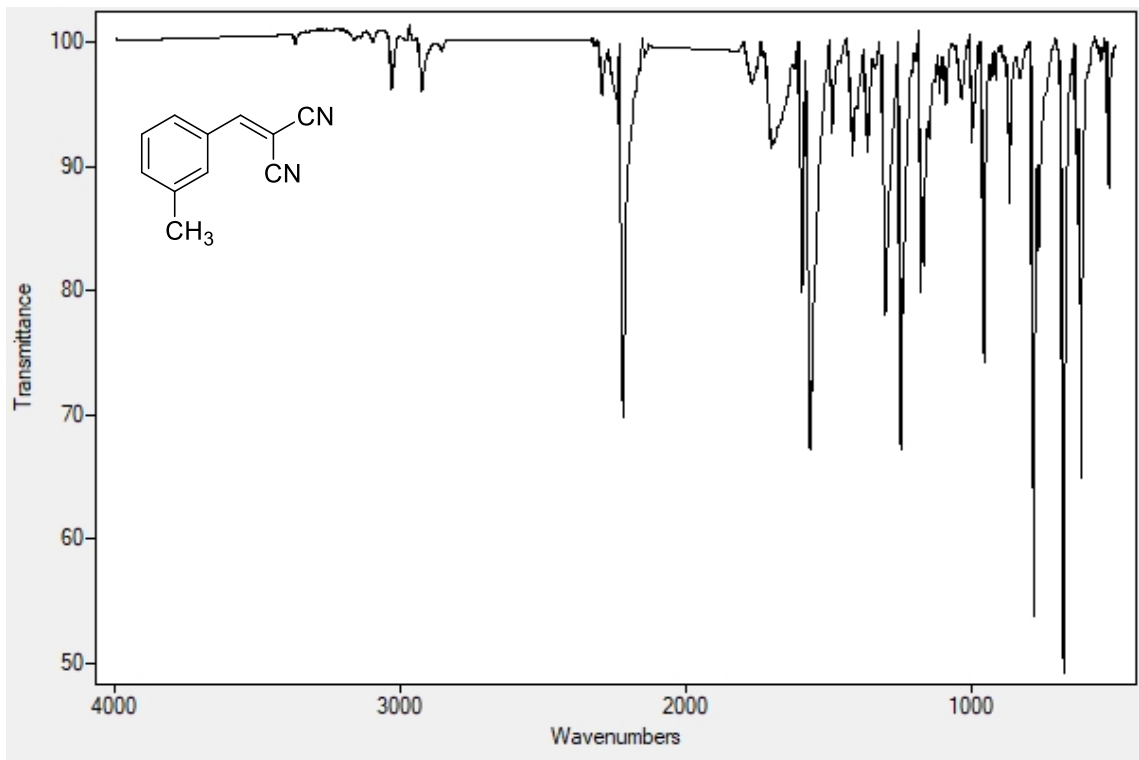


Ek 3.10. YM-14'in FTIR Spektrumu

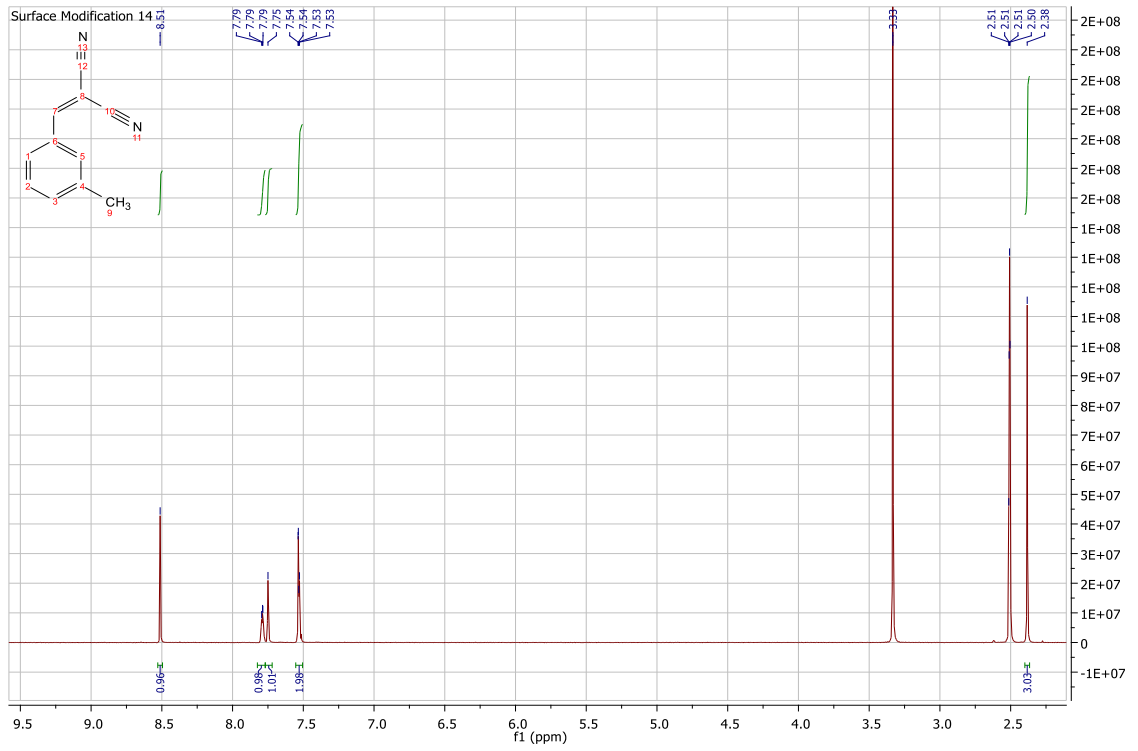


Ek 3.11. YM-14'ün  $^1\text{H}$  NMR spektrumu

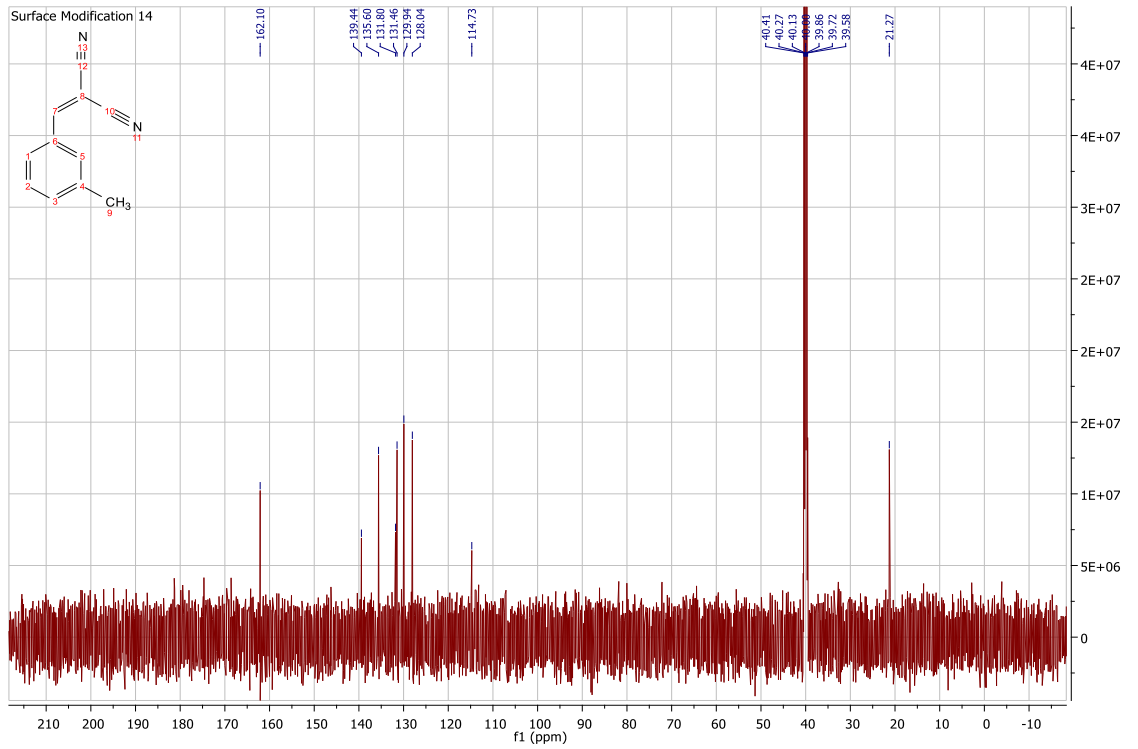


Ek 3.12. YM-14'ün  $^{13}\text{C}$  NMR spektrumu

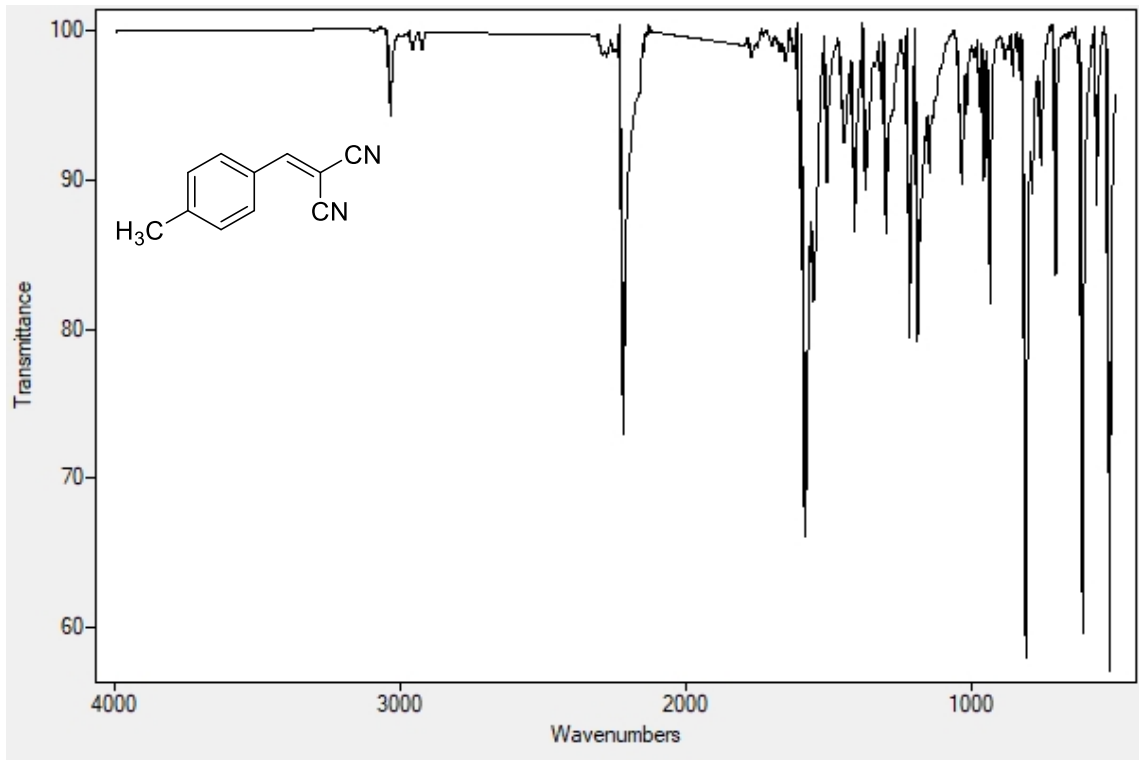


Ek 3.13. YM-15'in FTIR Spektrumu

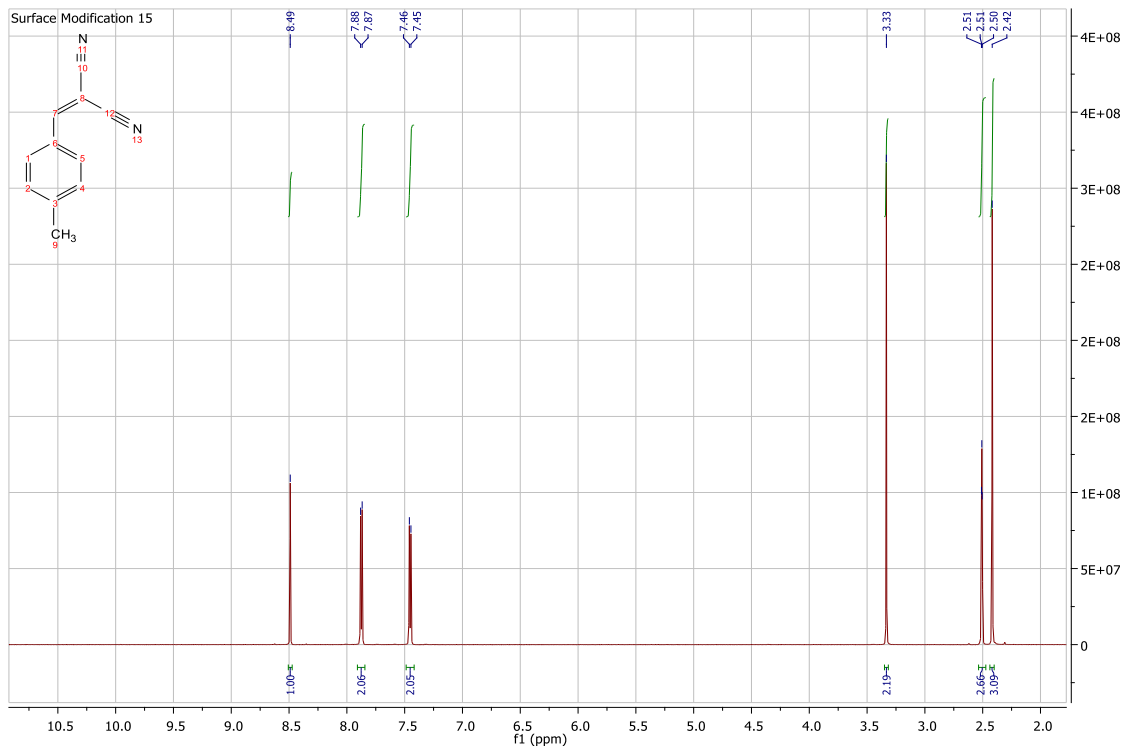


Ek 3.14. YM-15'in <sup>1</sup>H NMR spektrumu

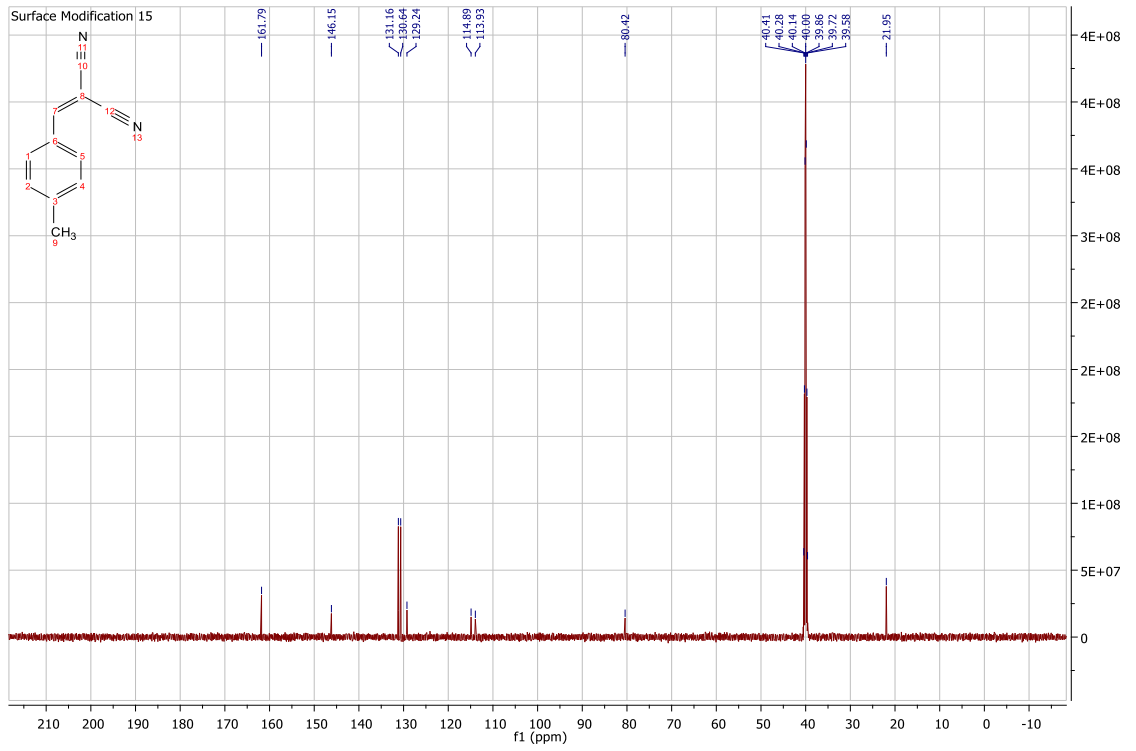


Ek 3.15. YM-15'in  $^{13}\text{C}$  NMR spektrumu

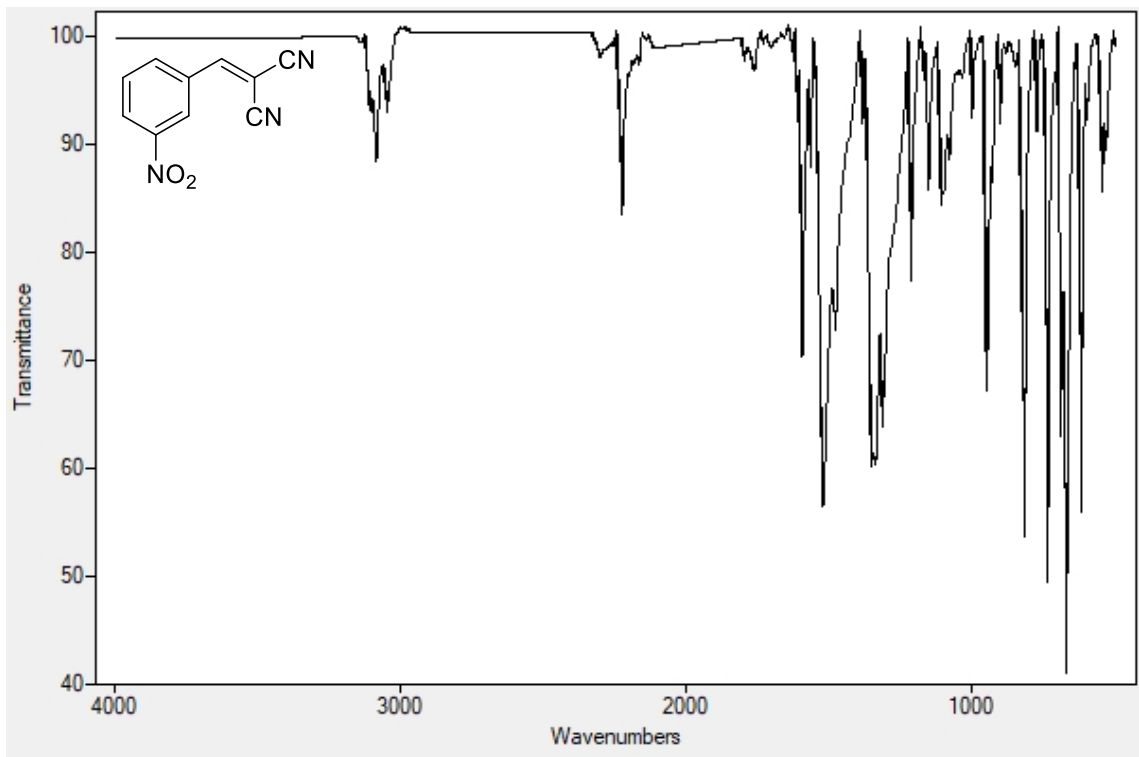


Ek 3.16. YM-16'in FTIR Spektrumu

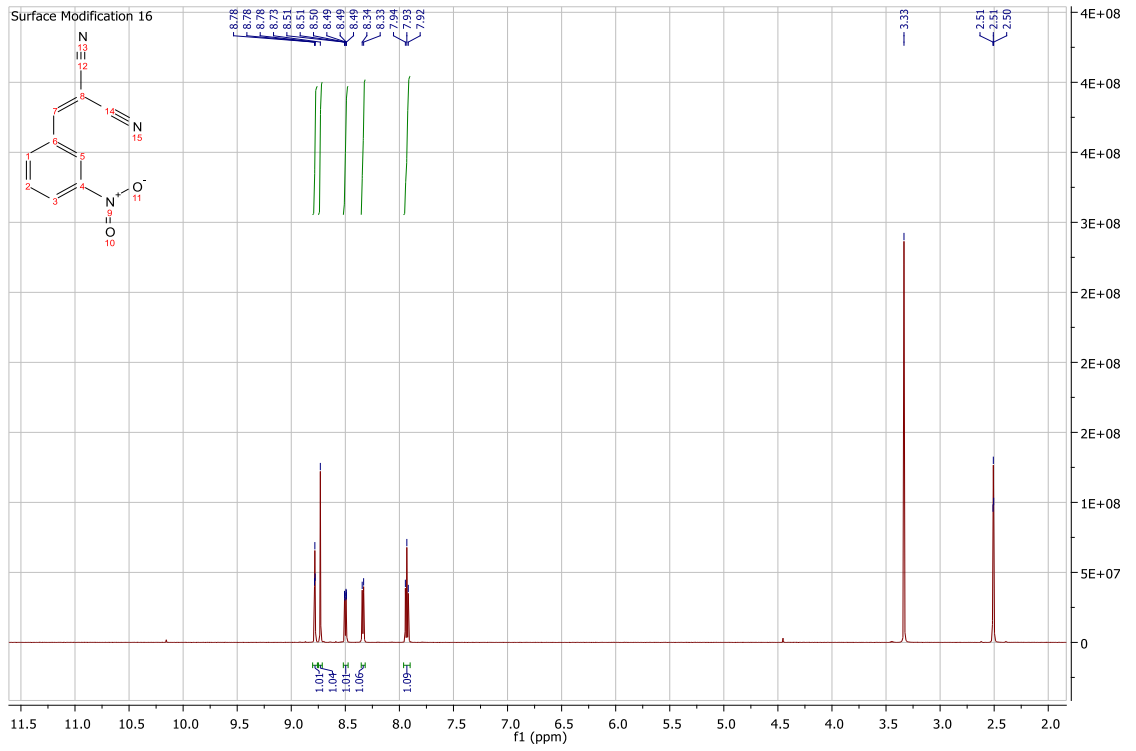


Ek 3.17. YM-16'nin  $^1\text{H}$  NMR spektrumu

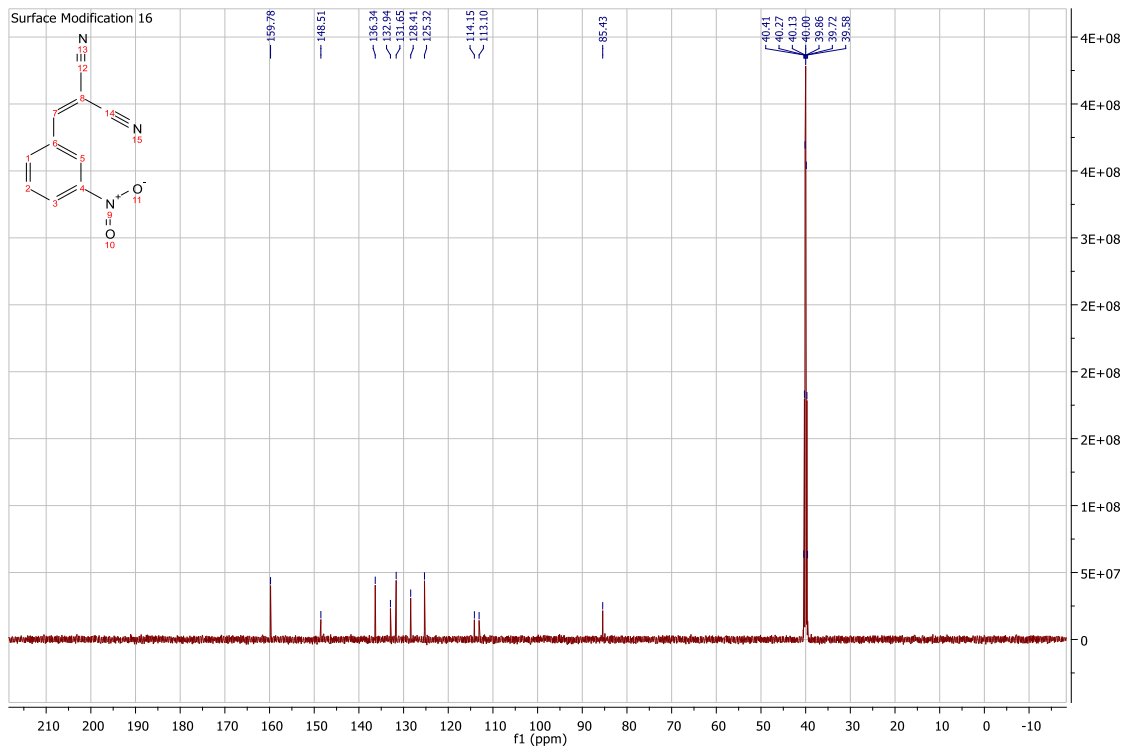


Ek 3.18. YM-16'nin  $^{13}\text{C}$  NMR spektrumu

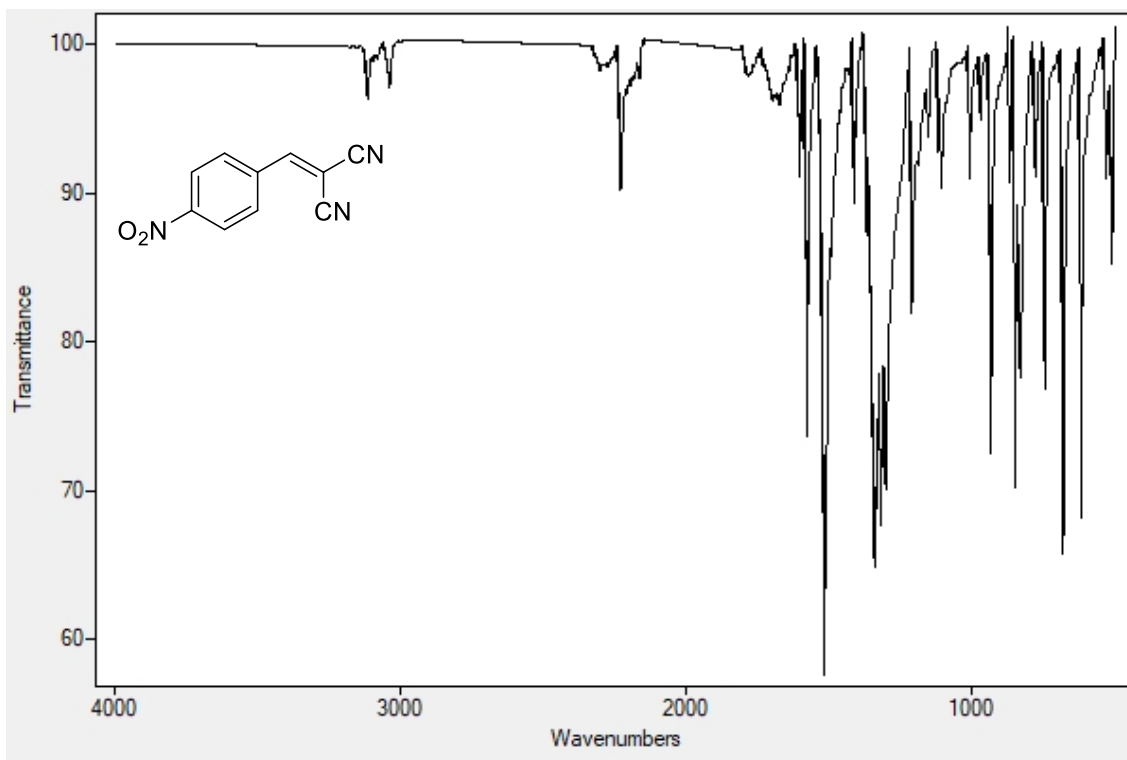


Ek 3.19. YM-17'in FTIR Spektrumu

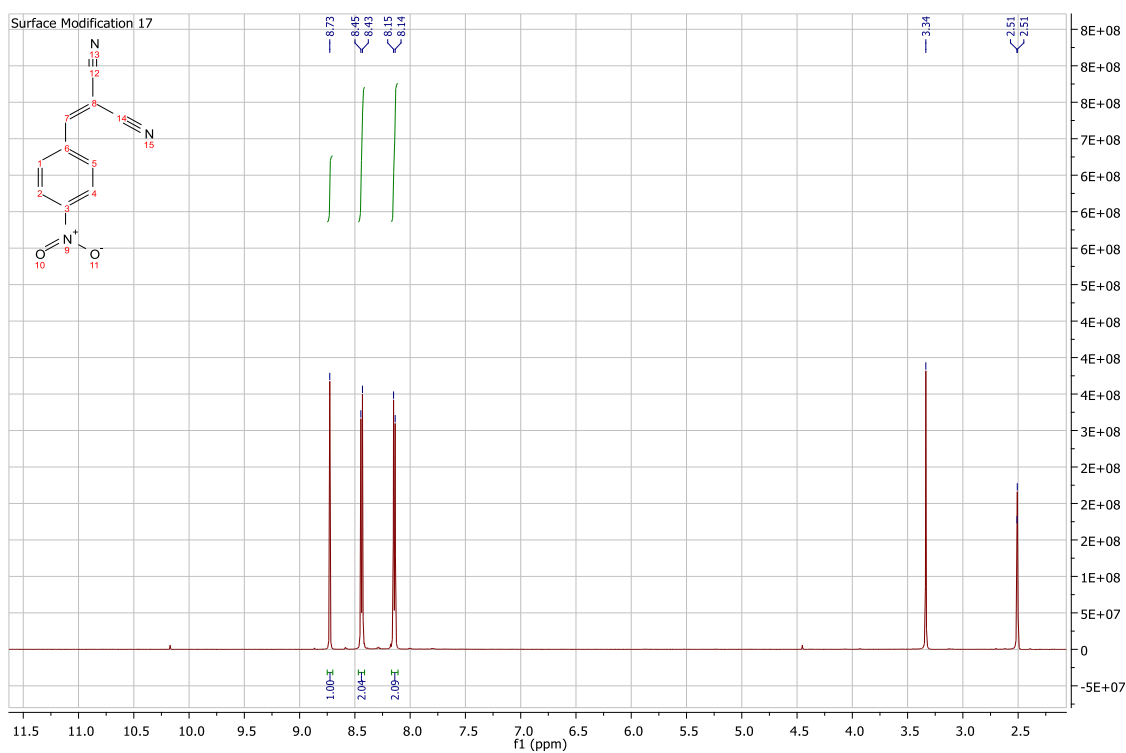

Ek 3.20. YM-17'nin <sup>1</sup>H NMR spektrumu

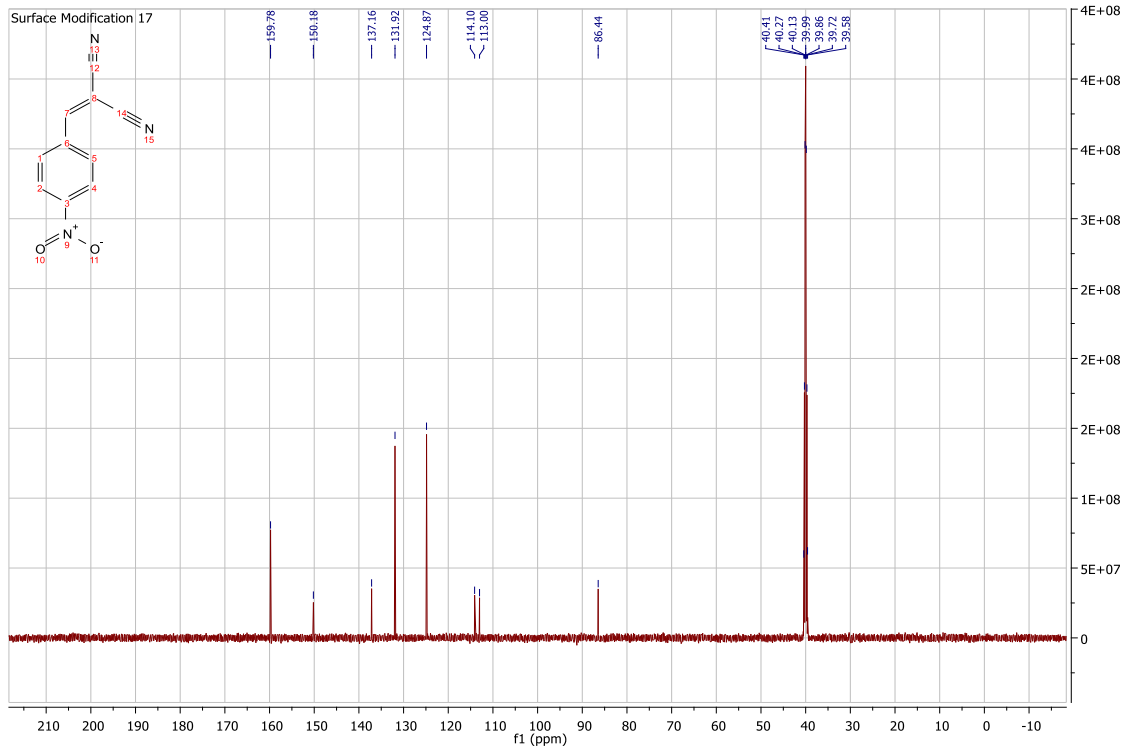


Ek 3.21. YM-17'nin  $^{13}\text{C}$  NMR spektrumu

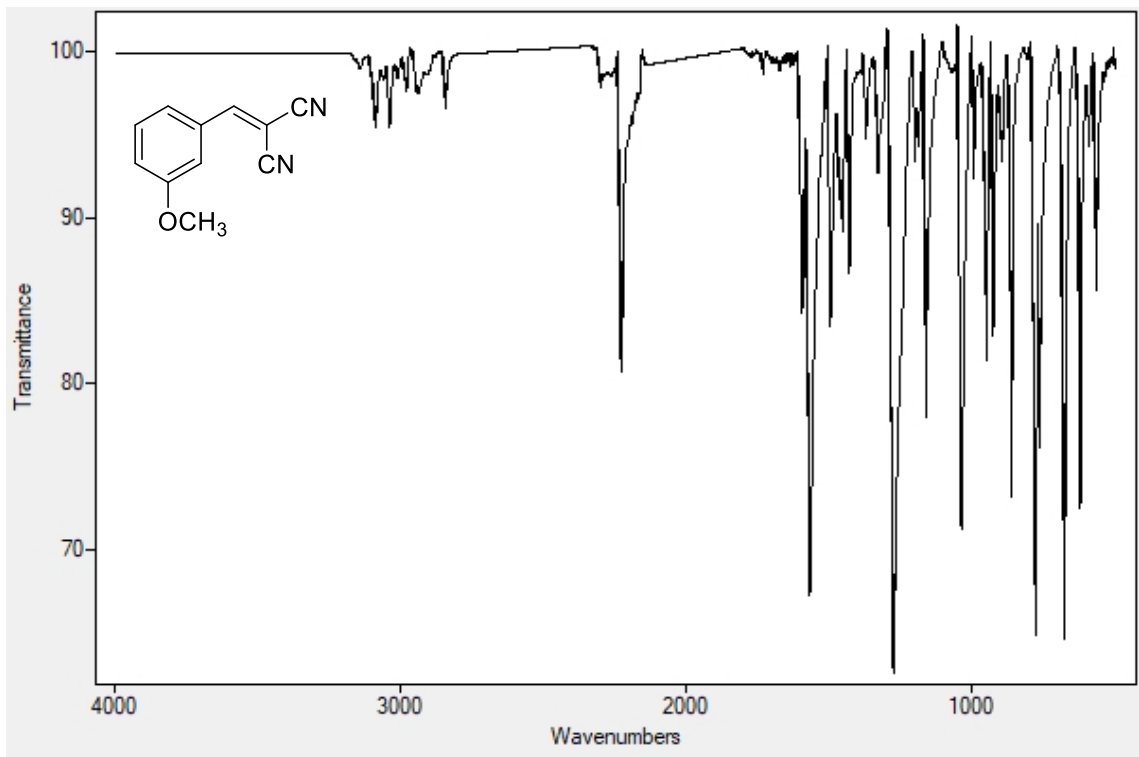


Ek 3.22. YM-18'in FTIR Spektrumu




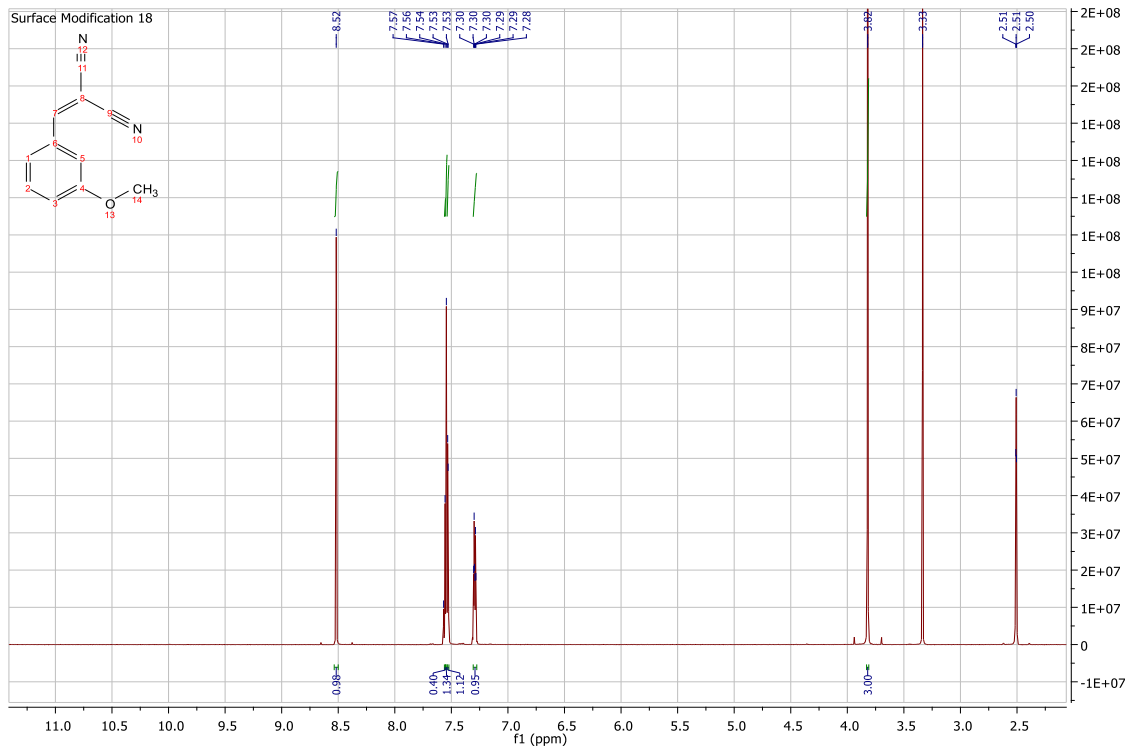


Ek 3.23. YM-18'in  $^1\text{H}$  NMR spektrumu

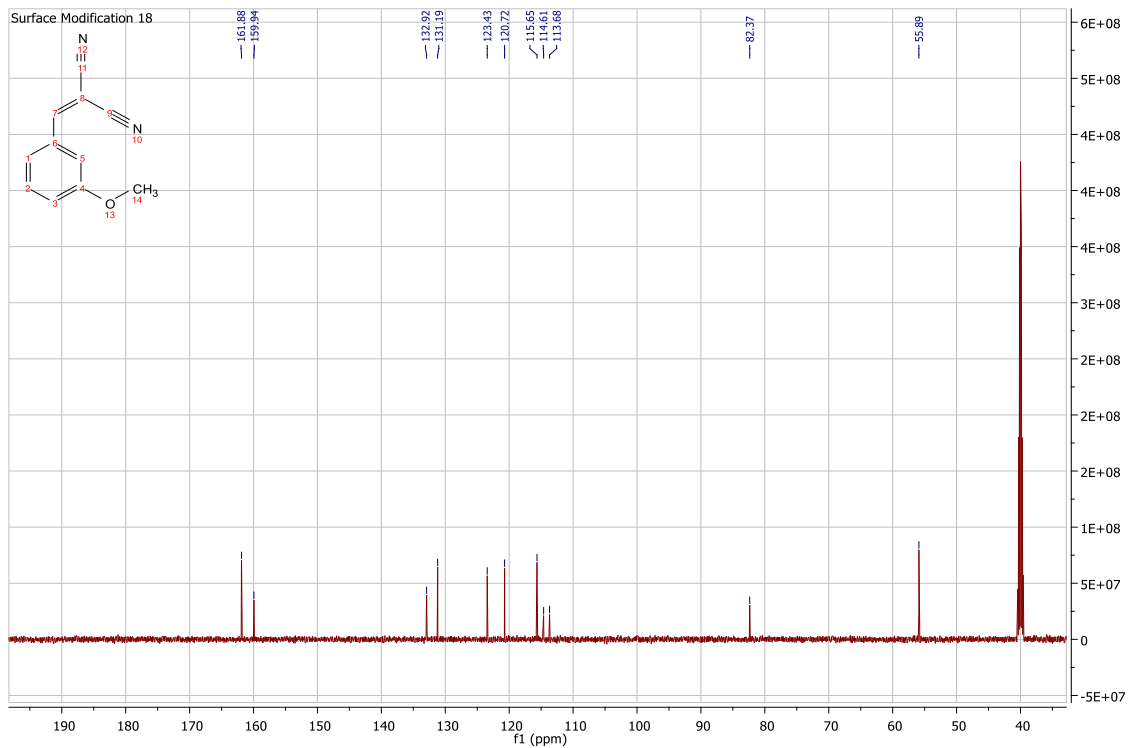


Ek 3.24. YM-18nin  $^{13}\text{C}$  NMR spektrumu

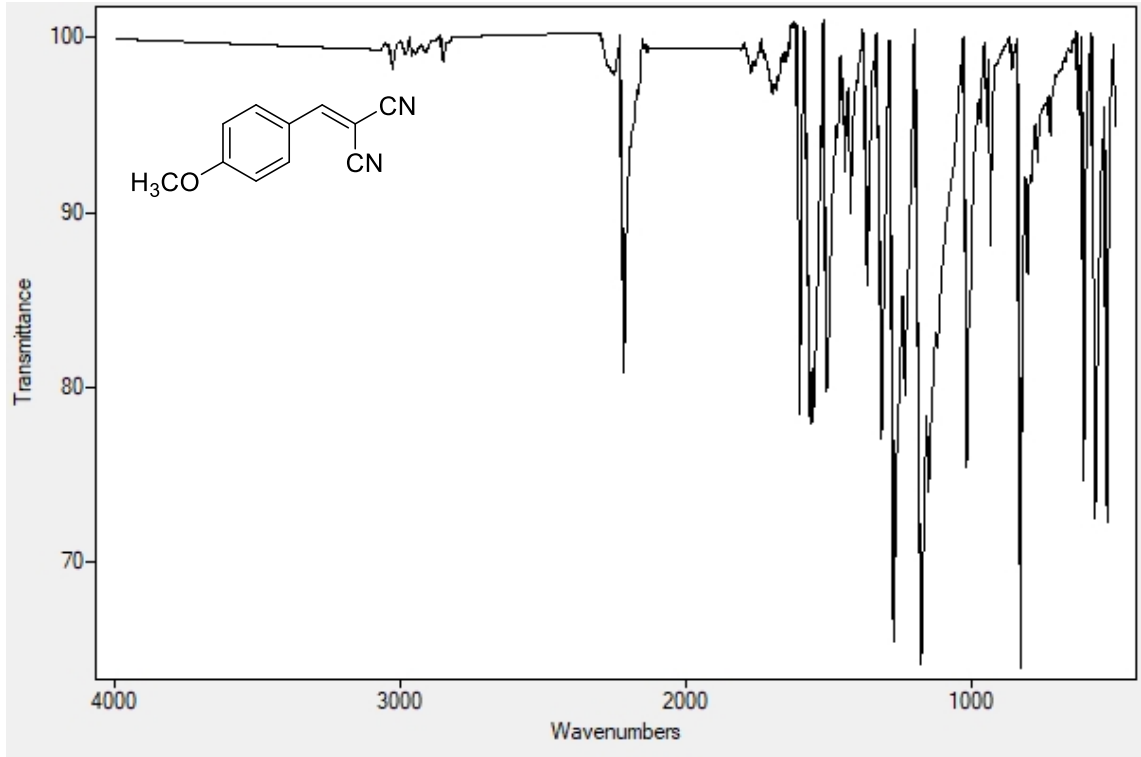


Ek 3.25. YM-19'in FTIR Spektrumu

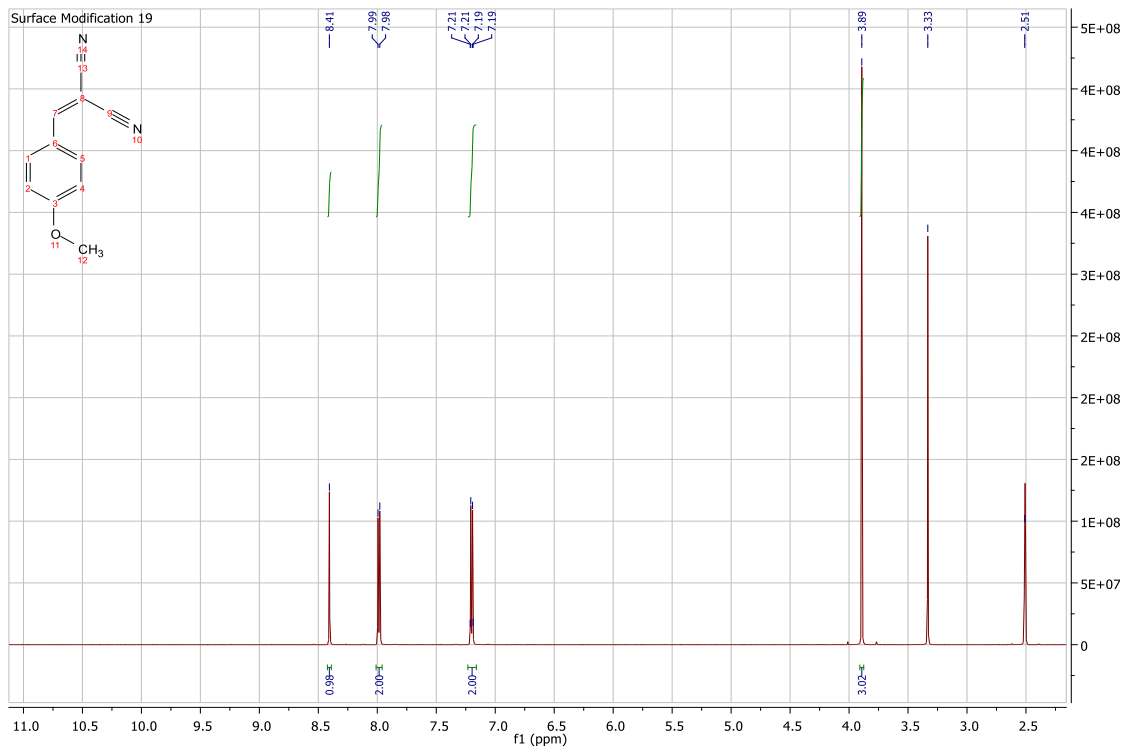


Ek 3.26. YM-19'un <sup>1</sup>H NMR spektrumu

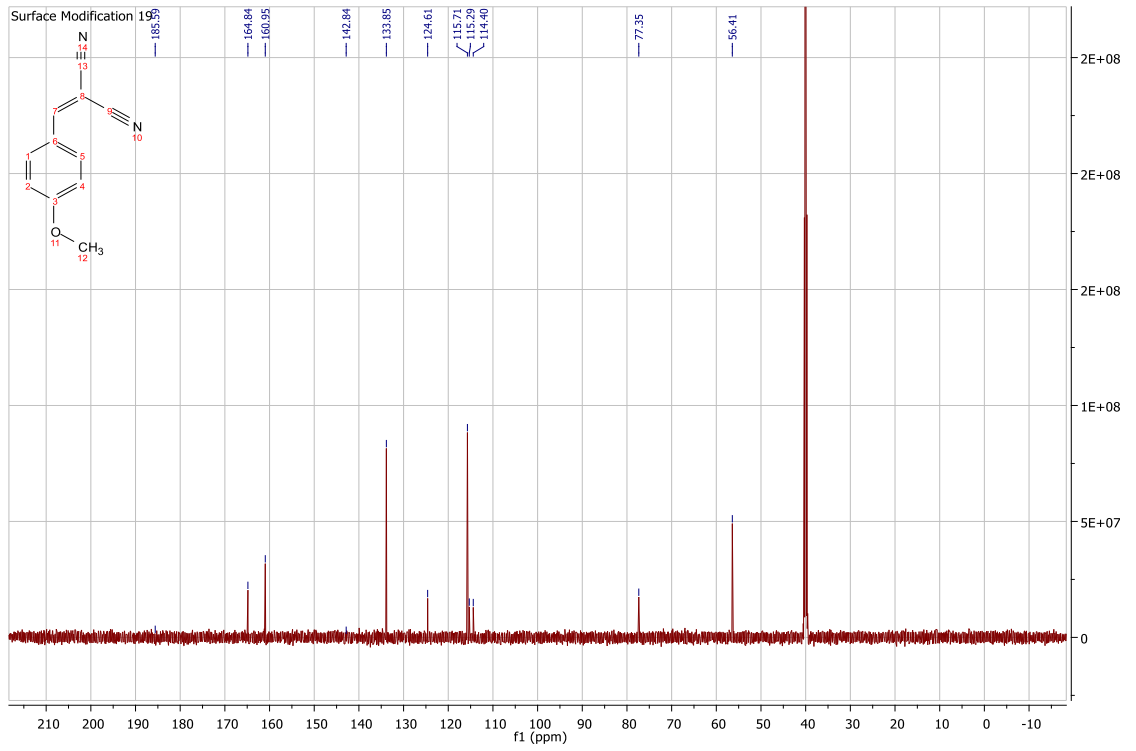


Ek 3.27. YM-19'un <sup>13</sup>C NMR spektrumu

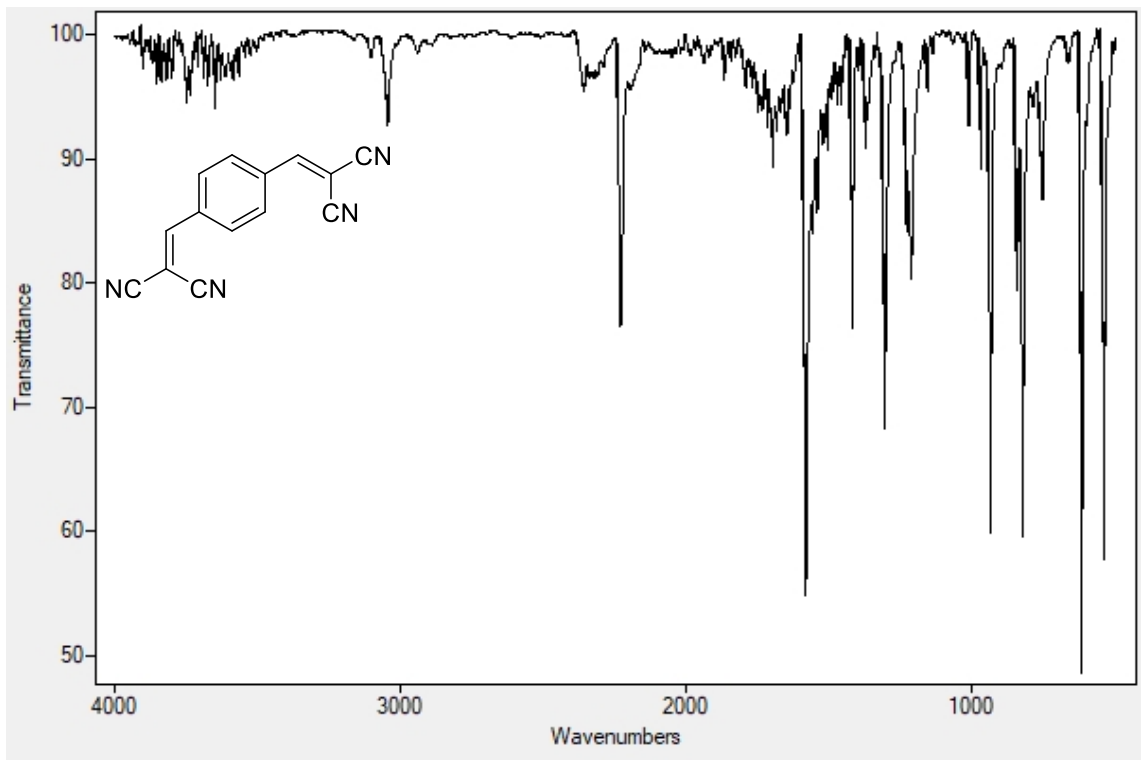


Ek 3.28. YM-20'in FTIR Spektrumu

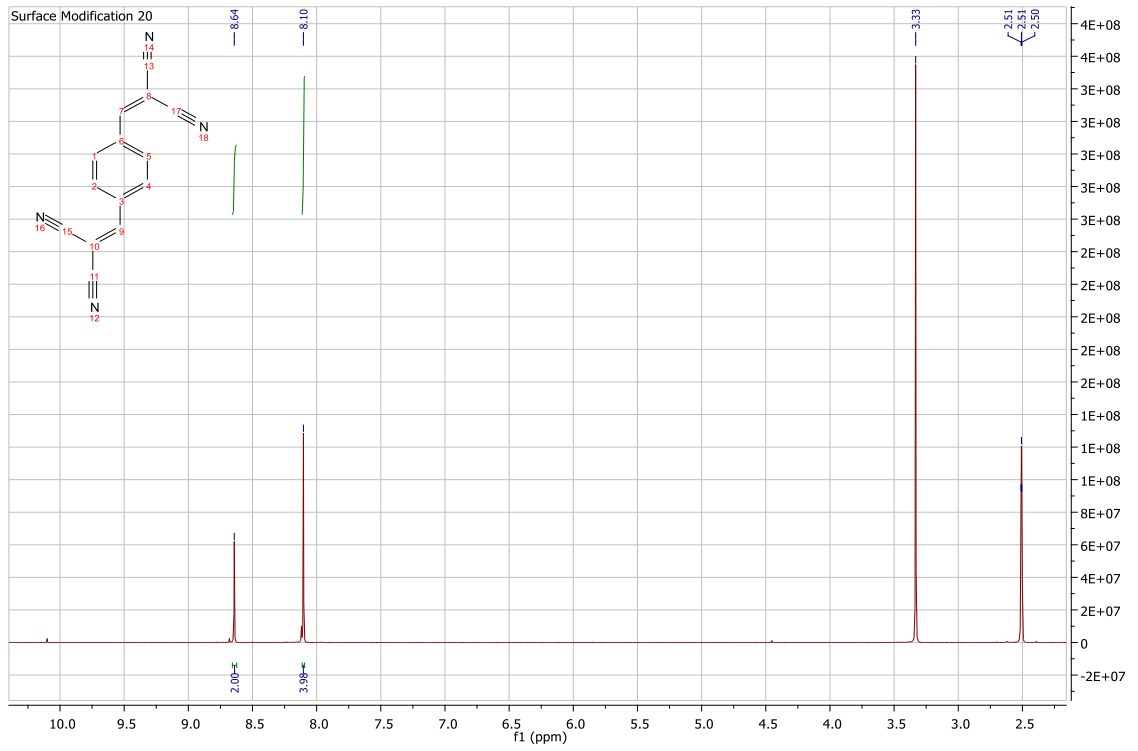


Ek 3.29. YM-20'un  $^1\text{H}$  NMR spektrumu

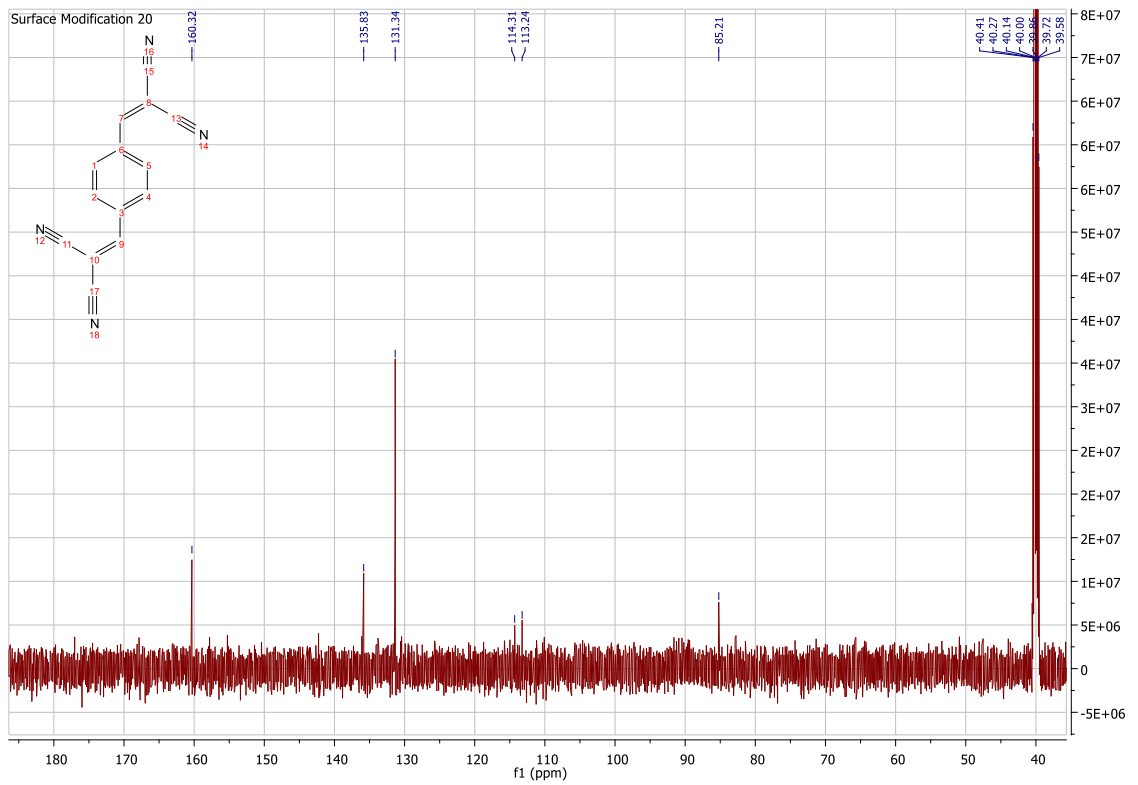


Ek 3.30. YM-20'un  $^{13}\text{C}$  NMR spektrumu

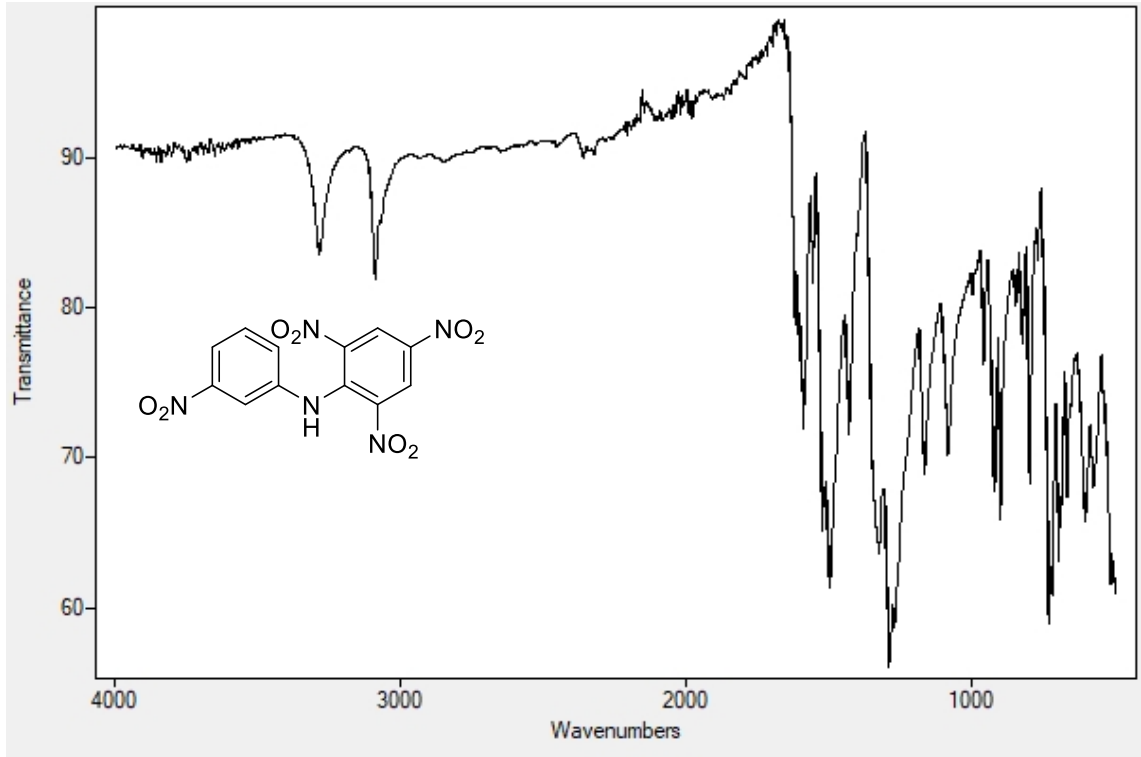


Ek 3.31. YM-21'in FTIR spektrumu

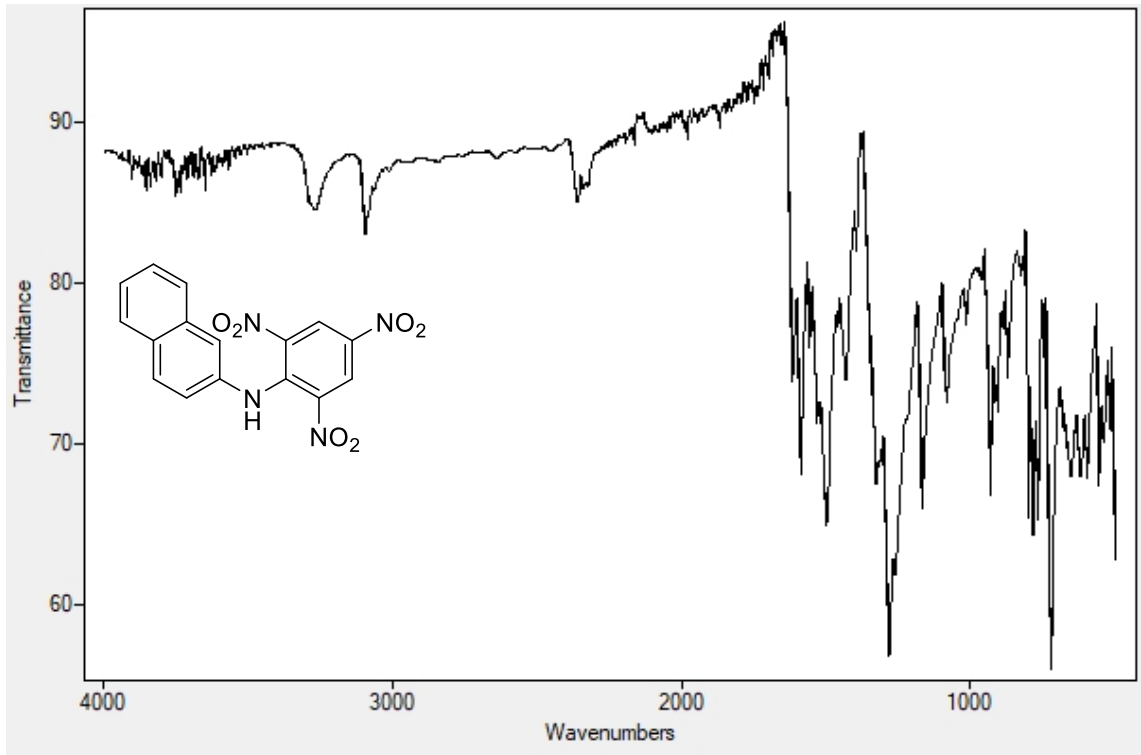


Ek 3.32. YM-22'nin FTIR spektrumu

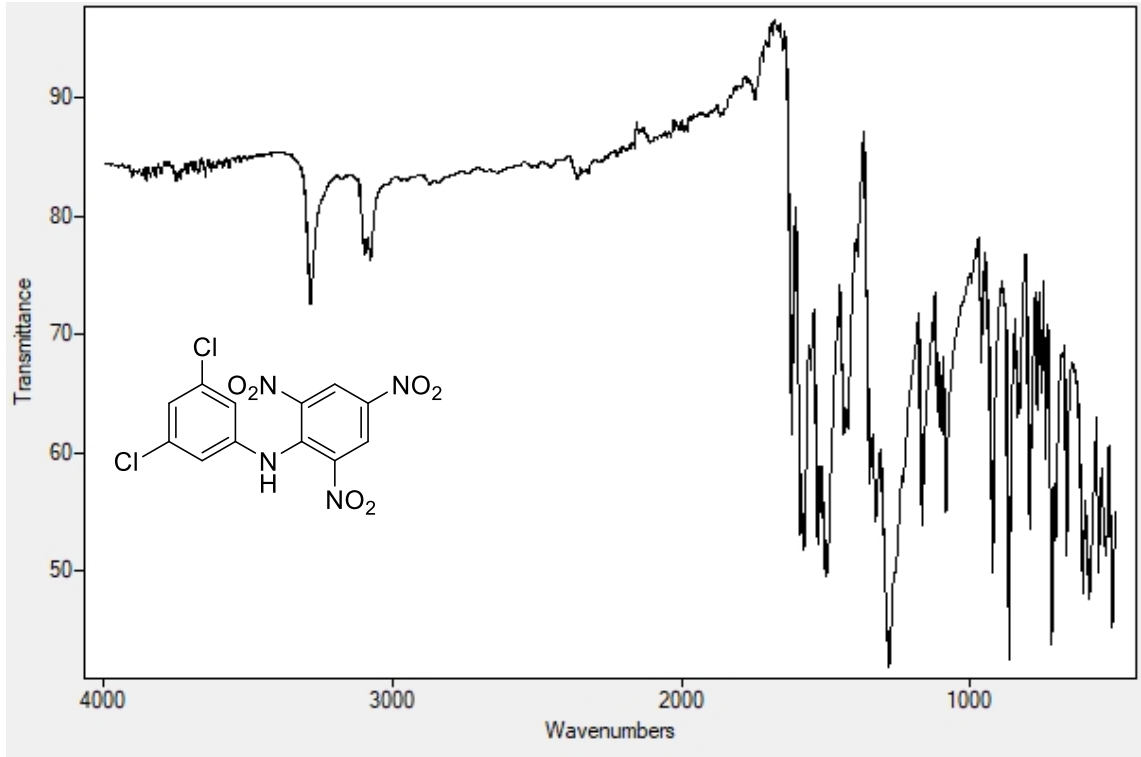


Ek 3.33. YM-23'ün FTIR spektrumu

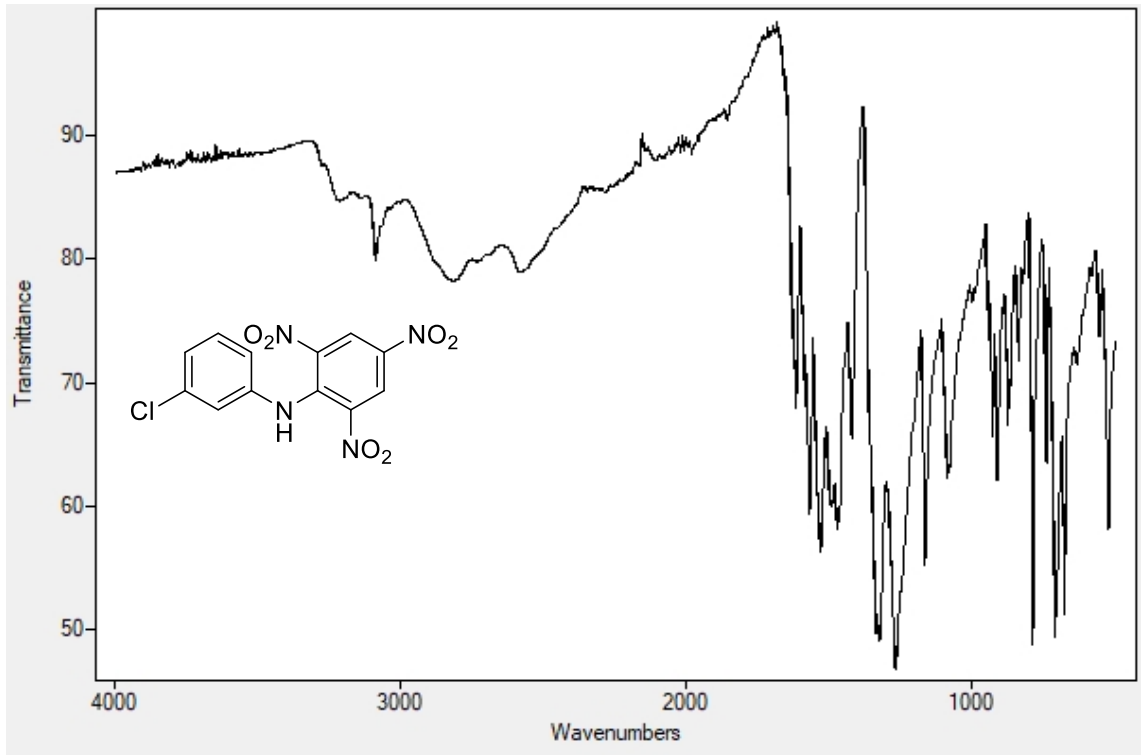


Ek 3.34. YM-24'ün FTIR spektrumu

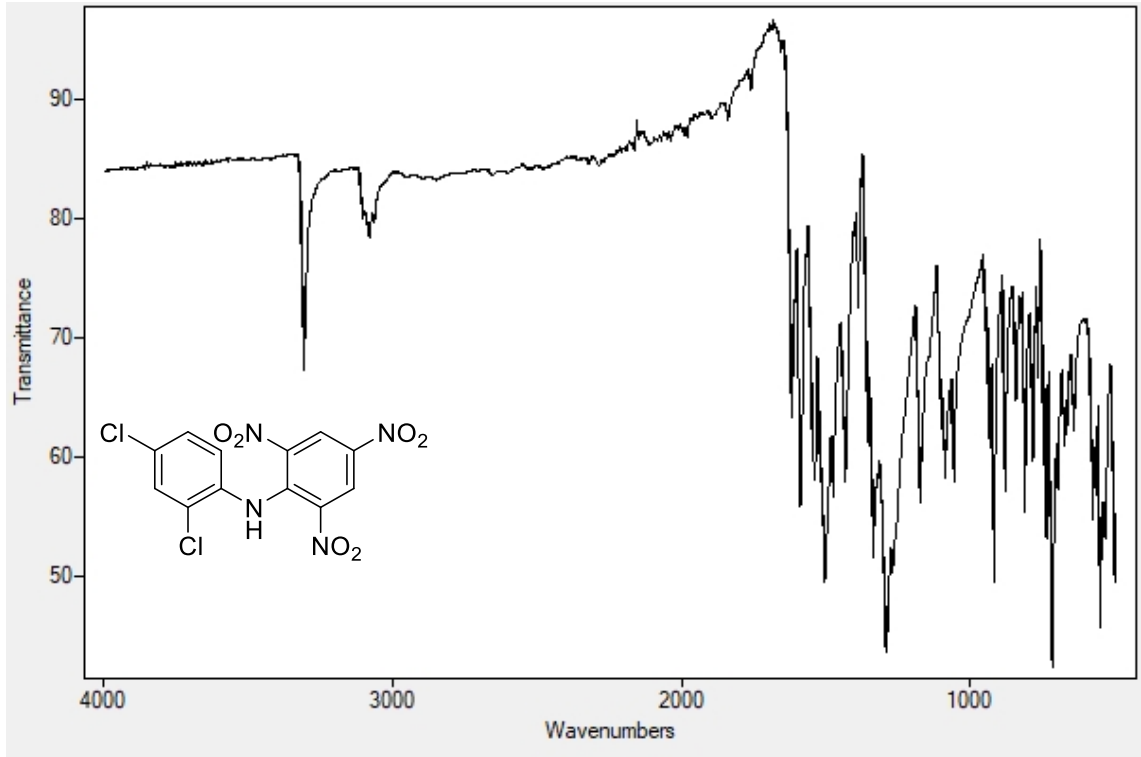


Ek 3.35. YM-25'in FTIR spektrumu

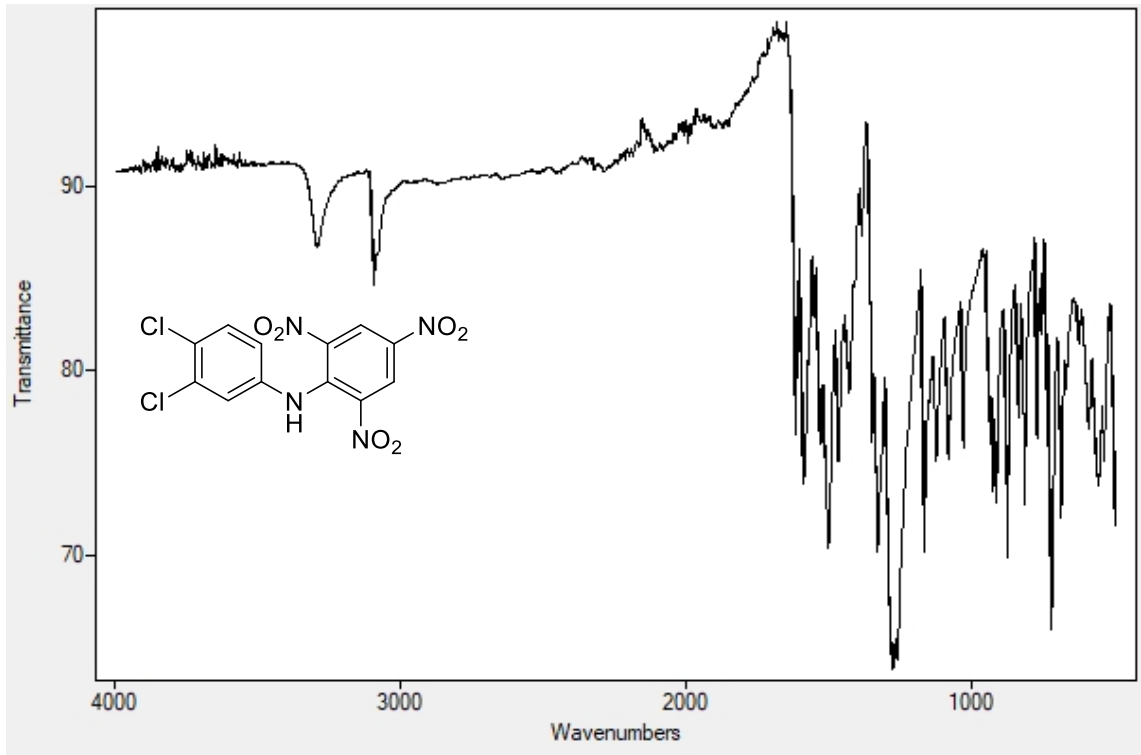

Ek 3.36. YM-26'nın FTIR spektrumu

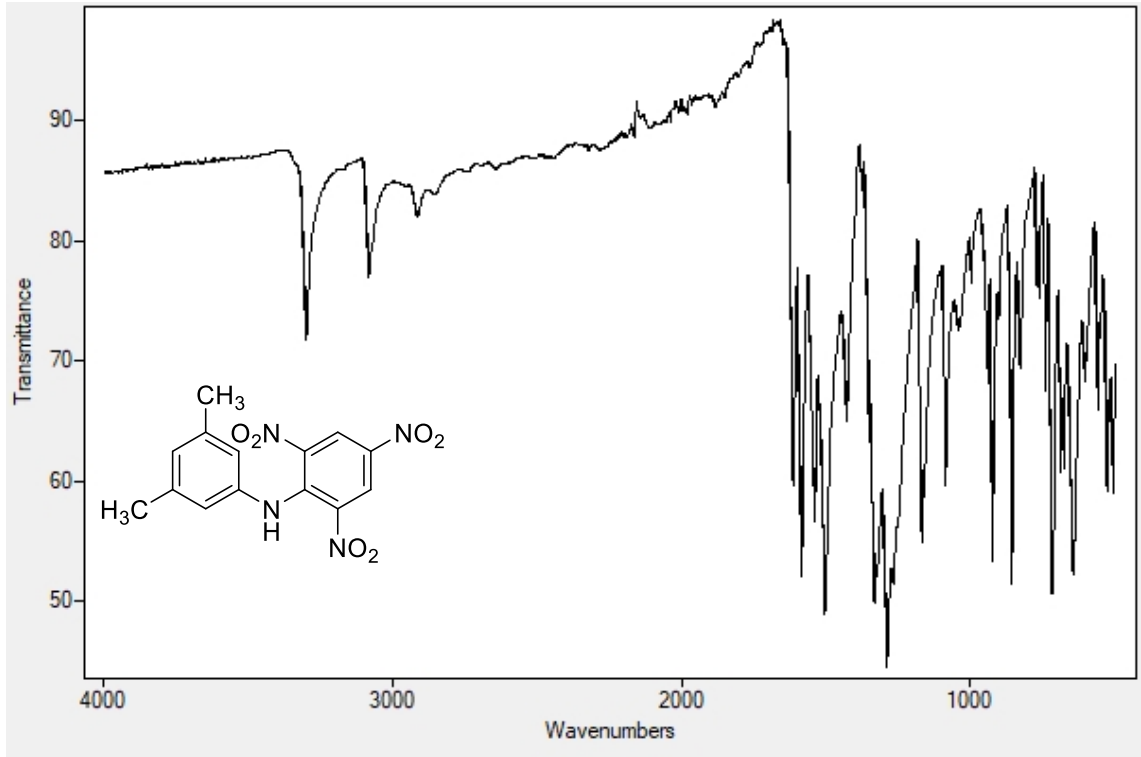


Ek 3.37. YM-27'nin FTIR spektrumu

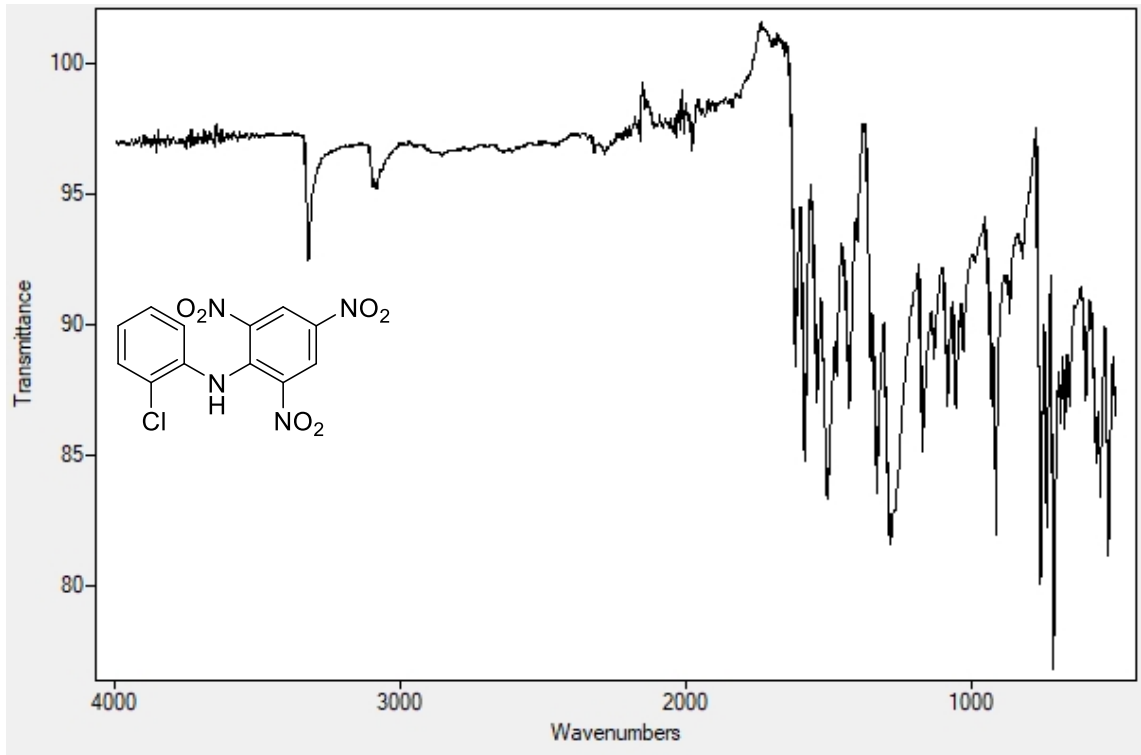


Ek 3.38. YM-28'in FTIR spektrumu




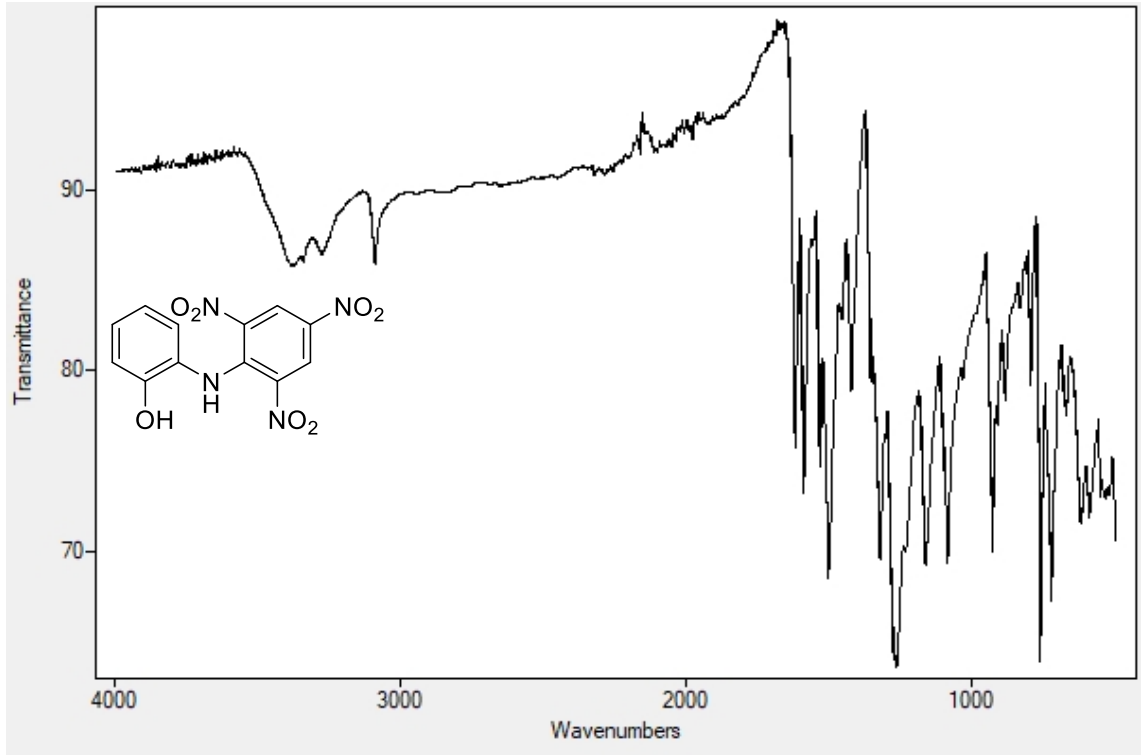


Ek 3.39. YM-29'un FTIR spektrumu

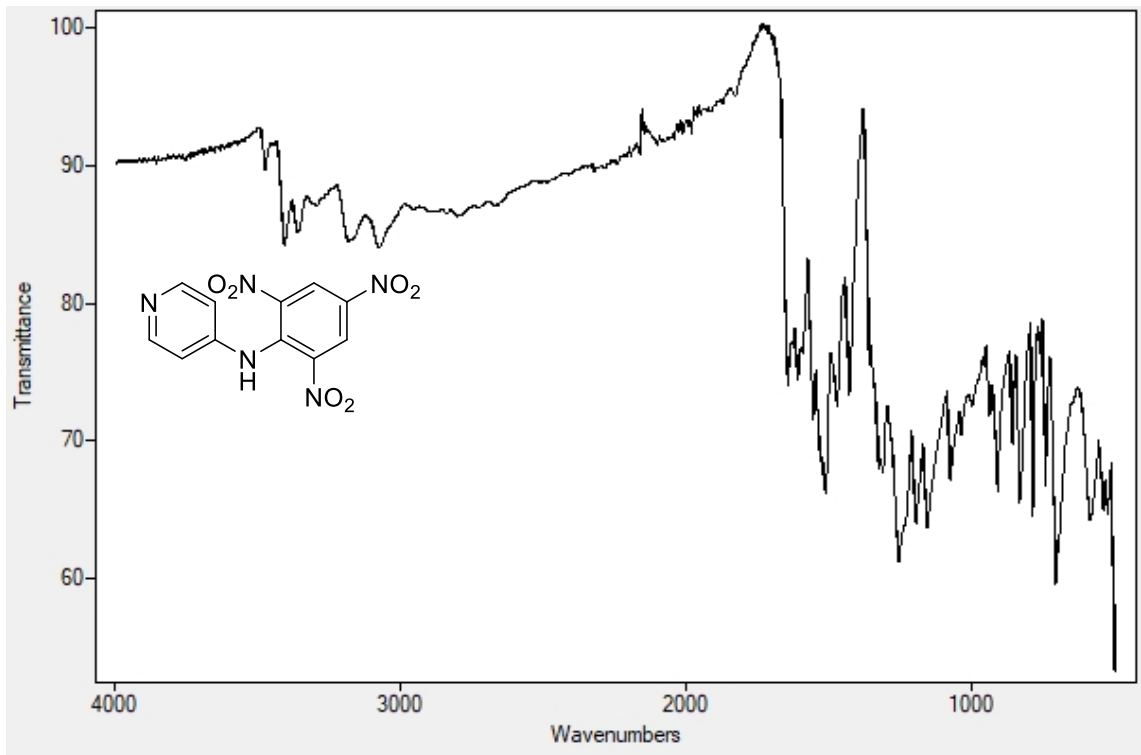

Ek 3.40. YM-30'un FTIR spektrumu

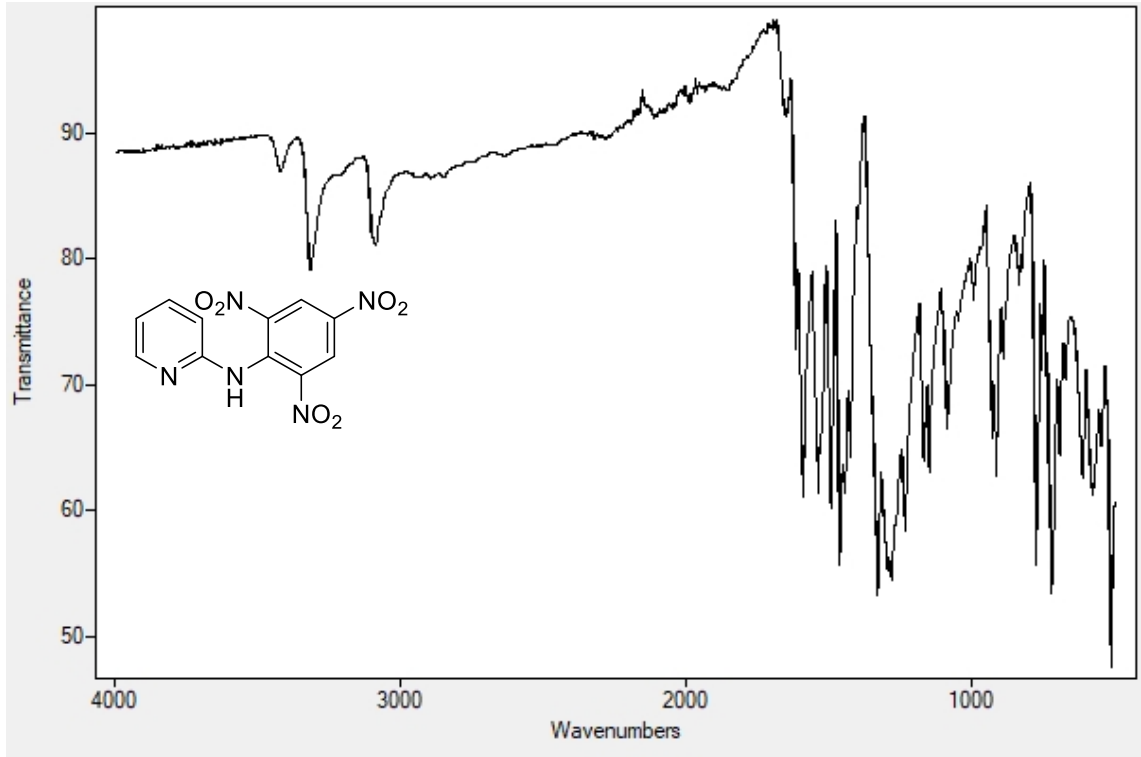

Ek 3.4143. YM-30A'nın FTIR spektrumu

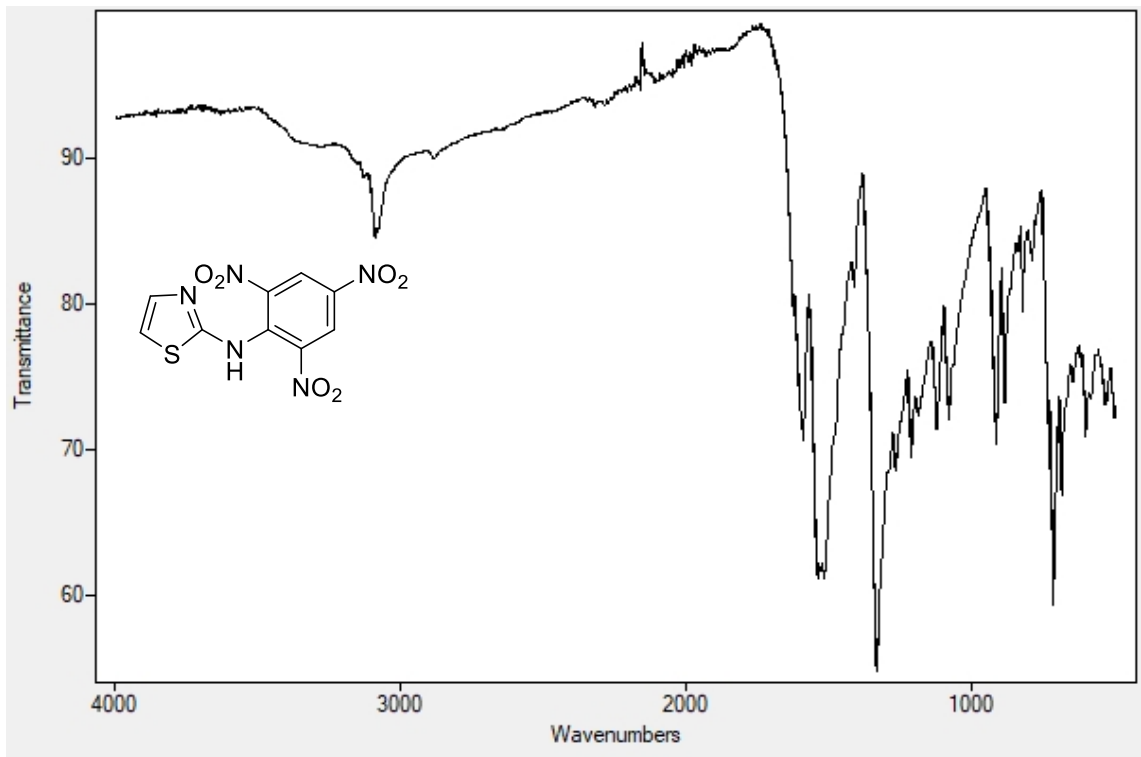

Ek 3.42. YM-30B'nin FTIR spektrumu

## ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Anıl Tez  
Doğum Yeri ve Tarihi : Tekirdağ-30/01/1989  
Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim Durumu  
Lise : Muratlı Anadolu Lisesi  
Lisans : Uludağ Üniversitesi  
Yüksek Lisans :

Çalıştığı Kurum/Kurumlar : TCM Otomotiv (2014-2015)  
GFER Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2015-2018)

İletişim (e-posta) : aniltez59@gmail.com

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  
TEZ ÇOĞALTMA VE ELEKTRONİK YAYIMLAMA İZİN FORMU

Yazar Adı Soyadı	ANIL TEZ
Tez Adı	BAZI KNOEVENAGEL REAKSİYON ÜRÜNLERİNİN ELDESİ VE HAZIR KALIPLAMA BİLEŞENLERİNİN (SMC) YÜZEY GERİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Enstitü	FEN BİLİMLERİ
Anabilim Dalı	KİMYA
Tez Türü	ORJİNAL ÇALIŞMA
Tez Danışman(lar)ı	PROF. DR. NECDET COŞKUN
Çoğaltma (Fotokopi Çekim) izni	<input checked="" type="checkbox"/> Tezimden fotokopi çekilmesine izin veriyorum <input checked="" type="checkbox"/> Tezimin sadece içindkiler, özet, kaynakça ve içeriğinin % 10 bölümünün fotokopi çekilmesine izin veriyorum <input checked="" type="checkbox"/> Tezimden fotokopi çekilmesine izin vermiyorum
Yayımlama izni	<input checked="" type="checkbox"/> Tezimin elektronik ortamda yayımlanmasına izin veriyorum

Hazırlamış olduğum tezimin belirttiğim hususlar dikkate alınarak, fikri mülkiyet haklarım saklı kalmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından hizmete sunulmasına izin verdiğimi beyan ederim.

Tarih :19.09.2019

İmza :

